

НООРГАНИК
МАТЕРИАЛЛАР
КИМЁВИЙ
ТЕХНОЛОГИЯСИ




66
H-78

А. А. Исмамов, Т. А. Отақузиёв,
Н. П. Исмоилов, Ф. М. Мирзаев

НООРГАНИК МАТЕРИАЛЛАР КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯСИ

*Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги техника
олий ўқув юртлири талабалари
учун дарслик сифатида тавсия этган*



Тошкент — «Ўзбекистон» — 2002

Ноорганик материаллар кимёвий технологияси: Олий ўқув юртлири талабалари учун дарслик /А. А. Исмамов, Т. О. Отақузиёв, Н. П. Исмоилов, Ф. М. Мирзаев. — Т.: Ўзбекистон, 2002. 336 б.

«Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» фанига оид дарсликда кимё, силикат ва металлургия саноатининг асосий маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг кимёвий технологиясига оид маълумотлар келтирилган.

Дарслик олий ўқув юртлирининг «В 522400 — Кимёвий технология йўналиши», «Силикат ва зўрға суюлувчан материаллар технологияси», «Камёб, тарқоқ ва нодир металллар технологияси», «Ноорганик моддалар технологияси» соҳаси талабалари учун мўлжалланган. Ундан ишлаб чиқаришдаги инженер ва техник ходимлар ҳам фойдаланишлари мумкин.

И. А. А. Исмамов ва бошқ.

35.20я73

Тақризчилар:

к.ф. доктори, профессор Қ. А. Аҳмедова ва т.ф. доктори
А. П. Иркаходжаева

Муҳаррир: Р. С. Тоирова

А. А. Исмамов, Т. А. Отақузиёв, Н. П. Исмоилов,
Ф. М. Мирзаев

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

*Для студентов высших технических
учебных заведений*

На узбекском языке

Башний муҳаррир Ҳ. Меҳмоноз Техник муҳаррир У. Ким Мусахҳиҳ Ш. Орипова

Теришга берилди 29.11.2001. Босишга рухсат этилди 2.05.2002. Бичими 84×108 1/32 Шартли
6. г. 17.64. Нашр т. 13.05. Нускаси 2000. Буюртма № 3

«Ўзбекистон» нашриёти 700129. Тошкент. Навоий кўчаси, 30.
Нашр № 78—2002.

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг Тошкент китоб-журнал фабрикасида чоп этилди. 700194. Тошкент, Юнусовда даҳаси. Муродов кўчаси, 1.

И 1705000000-152 02
М 351(04)02

ISBN 5—640—03032—1 © „ЎЗБЕКИСТОН“ нашриёти, 2002 й.

СЎЗ БОШИ

Кейинги йилларда мустақил мамлакатимизнинг иқтисодий ва социал ривожлантириш режаларида кимё, қурилиш материаллари ва металлургия саноати ишлаб чиқараётган маҳсулотлар миқдорини ошириш, сифатини жаҳон андозалари даражасига етказиш, уларнинг экспорт салоҳиятини кучайтиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Кимё, силикат ва рангли металлургия саноатлари маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича мутахассисларни тайёрлашда технология, илмий-техника, экология ва иқтисодиёт масалалари алоҳида ўрин эгаллайди. Ишлаб чиқарилаётган материал ва буюмларнинг сифати асосан шу жараён ва факторларнинг тақомиллашувига боғлиқ. Шу сабабдан бакалаврлар тайёрлаш бўйича янги ўқув режаларида «Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» предмети алоҳида ўрин берилган.

«Ноорганик материаллар кимёвий технологияси» фанининг мақсади «В 522400 — Кимёвий технология» йўналишининг «Силикат ва зўрға суюлувчан материаллар технологияси», «Камёб тарқоқ ва нодир металллар технологияси», «Ноорганик моддалар технологияси» соҳалари бўйича таълим олаётган талабаларни керамика ва шиша, боғловчи материал, минерал ўғит, камёб ва нодир металллар ишлаб чиқаришнинг замонавий ва истиқболли технологик ечимлари ҳақида маълумот бериш, маҳсулотлар олишнинг назарий ва амалий асослари билан таништириш, сифатини яхшилаш йўлларини топиш, ишлаб чиқариш суръатини ошириш ҳамда таннархини камайтиришга оид материаллар билан яқиндан таништиришдир.

Китобда систематик равишда асосий маҳсулотлар — қурилиш ёшти, сопол буюми, чинни, оловбардош мате-

риал, техника керамикаси маҳсулоти, қурилиш ва техника шишаси, биллур, шиша-қристалл, гипс, оҳак, цемент ва бошқа боғловчи модда, фосфорли, калийли, азотли, мураккаб, микро ва бошқа ўғитлар, вольфрам, молибден, германий, индий, рений, бериллий, галлий, олтин ва қумуш каби металллар ишлаб чиқаришнинг қисқача тарихи, таърифи, таснифи, хомашёси, уларни ишлаб чиқариш технологияси асослари, асосий хусусиятлари ва ишлатилиши ёритилган. Булардан ташқари, ишлаб чиқаришда қўлланиладиган типовой технологик схемалар ва асбоб-ускуналар ҳамда атроф муҳитни муҳофаза этиш масалалари ҳам қисқача баён этилган.

Ноорганик материаллар ва буюмлар ишлаб чиқариш технологиясига оид бўлган ушбу китоб биринчи бор чоп этиляпти. Уни яратишда муаллифлар ўзларининг Тошкент Кимё-технология институтининг тегишли кафедраларида 10 йил давомида студентларга берган маъруза материалларини асос қилиб олишган. Китобнинг «Керамика ва шишалар кимёвий технологияси» боби проф. А. А. Исмаилов, «Боғловчи материаллар кимёвий технологияси» боби проф. Т. А. Отақўзиев, «Анорганик моддалар кимёвий технологияси» боби проф. Ф. М. Мирзаев ва «Камёб ва нодир металллар кимёвий технологияси» боби проф. Н. П. Исмоилов томонидан ёзилган.

Муаллифлар ушбу китоб қўлёзмасини кўриб чиқиб, ўзларининг қимматли маслаҳатларини берган техника фанлари доктори, профессор А. П. Иркаходжаева ва кимё фанлари доктори, профессор Қ. А. Аҳмеровга самимий миннатдорчилик изҳор этадилар. Мазкур китобни нашрга тайёрлашда фойдали маслаҳатлар, танқидий фикр-мулоҳазалар билдирган барча ўртоқларга авторлар самимий миннатдорчилик изҳор қиладилар.

Китоб ўзбек тилида биринчи марта ёзилаётганлиги учун айрим камчиликлардан ҳоли эмас. Шунинг учун китоб ҳақидаги фикр ва мулоҳазаларингизни куйидаги манзилга юборишингизни илтимос қиламиз: 700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30. «Ўзбекистон» нашриёти.

Ў Ё Ё

КЕРАМИКА ВА ШИШАЛАР КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯСИ

1-§. Керамика ва шиша маҳсулотларининг аҳамияти

«Кимёвий технология» бакалавр йўналиши фанлари ичида «Органик, ноорганик ва нометалл материаллар ишлаб чиқариш кимёвий технологияси» курси муҳим ўрин эгаллайди. Унда ноорганик, органик моддалар ва қийин эрийдиган нометалл, силикат ва юқори молекулали бирикмалар, полимер материаллардан иборат бўлган маҳсулотларнинг турлари, уларни кимёвий синтез қилиш йўллари ва ишлаб чиқариш технологияси асослари келтирилади.

Куйида бакалавр йўналиши асосий фанининг «Силикат ва қийин эрувчан нометалл материаллар кимёвий технологияси» қисмига оид назарий ва амалий билимлар қисқача тарзда берилди.

Силикат ва қийин эрувчан нометалл материаллар кимёвий технологияси учта катта соҳадан иборат:

1. Керамика ва ўтга чидамли материаллар кимёвий технологияси;

2. Шиша ва ситаллар (шишадан олинадиган майда кристалл структурали зич ва мустаҳкам материаллар) кимёвий технологияси,

3. Боғловчи моддалар кимёвий технологияси.

Биз бу бобда асосан икки соҳа — керамика ва шишалар ҳақида сўз юритамиз.

Керамика ва шишалар асосида олинган материал ва буюмлар ниҳоятда хилма-хилдир. Улар ташқи кўриниши бўйича монокристалл ҳолда олинган (йиғма конструкция, ғишт, чинни-сопол, шиша ва ситалл буюмлари), турли соҳа — техника, қурилиш ва ҳўжаликда ишлатилиши, турли услубда ишлов олган бўлиши ва қолаверса турли-туман кимёвий таркибга эга бўлиши мумкин.

Шундай бўлишига қарамай керамика ва шиша маҳсулотларининг деярли асосий белгилари, айниқса ишлатиладиган хомашё тури, ишлаб чиқариш усули ва технологик параметрлари жиҳатидан бир-бирига ўхшаб кетади. Бундай дейиш, албатта, материалларни кимёвий таркиби, ишлаш воситалари ва усуллари бобида ҳеч қандай ўзгариш йўқ, деган хулосани келтириб чиқармайди. Аммо фарқ кўпроқ ишлаб чиқарилган материалларнинг кимёвий-минералогик таркиби, минералларнинг ўзаро жипслашиши ҳамда уларга боғлиқ бўлган хоссаларга келиб тақалади. Олинган модда кимёвий муҳитга беқарор ва барқарор, ўтга нисбатан бардошли ёки чидамсиз, хира ва шаффоф бўлиши мумкин.

Керамика ва шиша маҳсулотларини ишлатувчи соҳалар ҳам хилма-хил бўлиб, улар ишлаб чиқариш воситалари ва истеъмол буюмлари ишлаб чиқаришда, фан, қурилиш ва қишлоқ ҳўжалигида кенг қўламда ишлатилади. Бунинг асосий сабаби, уларнинг бир қанча муҳим техникавий хоссаларга эгаллигидадир. Керамика ва шиша маҳсулотлари сиқилиш ва чўзилишда юқори мустаҳкамликка эгадирлар, уларга ёниш, чириш ва занглаш бегонадир, электр токи, иссиқ ва совуққа чидамли, товуш ўтказмайдиган ҳамда кимёвий моддалар таъсирига барқарор материаллардир.

Керамика ва шиша маҳсулотлари ҳозирги замон синтетик материаллари орасида ҳам муҳим ўринни эгаллайди. Улар қадимдан уй-жой, саноат корхоналари қуришда, машина ва аппаратлар ясашда, турли хил буюмларни ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. "Қимматбаҳо тошлар" номи билан аталган ва илгари фақат зебу зийнат буюмлари ясаш учун ишлатилган бундай сунъий маҳсулотлар юқори сифатли диэлектрик ва яримўтказувчан материаллар сифатида техникада кенг қўлланилмоқда. Шунингдек, кўплаб линза, призма каби оптика деталлари, лазер техникасининг актив моддалари, заргарлик буюмлари ясалмоқда.

Замонавий техника ва унинг космотехника, авиация, ракета, машина ва станоксозлик, энергетика, радиотехника, атом саноати каби соҳалари юқори ва ўта юқори тезлик, босим ва температура билан боғлиқ. Бу ўз навбатида кимёгарлардан анъанавий керамика ва шиша буюмларнинг янги тури ва юқоридаги шарт-шароитларга чидамли сунъий материалларни кашф этишни тақозо этади. Фан ва техника тараққиёти асосида яратилган замонавий

қаттиқ жисмлар қаторига керамика технологияси асосида яратилган функционал типли керамика ҳамда шиша технологиясида олинган ситалл ва ситаллаштирилган қўйма техник тошлар киради.

Функционал типли янги керамика маҳсулотлари техникада электр керамикаси, магнитли керамика, оптика керамикаси, хемокерамика, биокерамика, иссиқлик керамикаси, механикавий керамика, ядро керамикаси ва шунга ўхшаш номлар билан аталади. Айниқса керамикани двигателлар ишлаб чиқаришда қўллаш бўйича илмий тадқиқот ишлари Америка Қўшма Штатлари, Япония, Буюк Британия, Франция, Жанубий Корея, Швеция каби ривожланган мамлакатларда кенг қўламда олиб борилмоқда. Япония иссиқлик двигателлари ва электроника керамикасини ишлаб чиқариш бўйича дунёда олдинги ўринлардан бирида бўлса, Америка Қўшма Штатларида эса конструкция керамик маҳсулотларини ишлаб чиқариш жадвал суратларда олиб борилмоқда. Ишлаб чиқарилиши кун сайин ошиб бораётган бундай маҳсулотлар қаторига керамикадан ясалган турбокомпрессорларнинг роторлари, газ узатувчи қувурларнинг қопламалари, адиабатик ва газтурбинли двигателлар, кесиниш учун ишлатиладиган буюмлар ва бошқаларни келтириш мумкин.

Шиша маҳсулотлари ва технологияси асосида олинган ситалларнинг яратилиши иссиқдан кенгайиш коэффициенти ноль ёки манфий қийматга эга бўлган, температуранинг кескин ўзгаришига ўта чидамли материалларни кўплаб ишлаб чиқариш имкониятини берди. Бу маҳсулотлар механик мустаҳкамлик, ишқаланиш, емирилиш ва кислоталарга чидамлилик, юқори диэлектрик хоссаларга эга эканлиги туфайли металллардан анча устун туради.

Янги керамика ва янги шиша маҳсулотларининг кўплаб ишлаб чиқарилиши, уларга жаҳон бозоридаги талабнинг кун сайин ошиб бориши, ишлаб чиқаришнинг хомашё базасини ҳам кенгайтириш заруриятини туғдирди. Каолин, бентонит, лёсс, дала шпати, қум, магнезит, оҳактош, доломит, сода, поташ каби анъанавий моддалар ўз мавқеини сақлаб қолган ҳолда хомашё базаси кўп сонли табиий ва сунъий бирикмалар BeO , Y_2O_3 , Al_2O_3 , ZnO , SnO , MgO , TiO_2 , ZrO , Fe_2O_3 , ZnS , BaS , CeS , BeS , CdS , SnO , SiC , TiC , Si_3N_4 , ThO_2 , TiB_2 , ZrB_2 , ZnB_2 , B_4C , BN , TiN , UO_2 , ThS , UC , WC , US , ва ҳоказолар ҳисобига ошди.

Керамика ва шиша технологияси таркибига кирувчи хомашёларни қидириб топиш ва улар асосида янги технологиялар жорий этиш ва чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини яхшилаш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидандир.

Қўлланманинг «Керамика ва шишалар кимёвий технологияси» қисмини ёзиш жараёнида сўз юритилаётган саноат соҳалари маҳсулотларининг кун сайин тури ва сонининг кўпайиб бораётганлиги, ишлаб чиқариш технологиялари усулларининг интенсив ривож ва юксалиб бориши, уларнинг илмий асосларини ўрганишнинг чуқурлашиб бориши инobatга олинди. Қўлланмани ёзишда материалларнинг ихчам бўлишига, параллелизмга йўл қўймасликка ва бошқа фанларга оид маълумотлардан камроқ фойдаланишга ҳаракат қилинди. Жумладан, механика ва энерготехнологияга оид жиҳозларнинг тузилиши ва ишлаш принциплари, уларни автоматлаштиришга тааллуқли материаллар кам ёритилди.

Марказий Осиё, шу жумладан, Ўзбекистонда учрайдиган табиий хомашёлар тури, уларнинг хоссалари ва кимёвий-минералогик таркибига оид фактларни мумкин қадар кўпроқ ёритишга ҳаракат қилинди. Шунингдек доналаш, унлаш, қолиплаш, қуришиш ва қуйдиришга оид маълумотлар ҳам етарли даражада берилди.

Келтирилган материалларининг бош қисмида «Керамика ва шишалар классификацияси» ҳамда «Керамика ва шишалар ишлаб чиқариш технологияси» қисқача берилди. Шу тариқа қисмлар орасидаги параллелизмга ҳам йўл қўйилмади. Сўнгги бўлимларда эса шу соҳаларнинг муҳим маҳсулотлари — қурилиш ғишти, сопол ва чинни буюмлари, оловбардош ва техника маҳсулотлари, дераза ойнаси ва биллур ишлаб чиқаришга оид муҳим маълумотлар келтирилди. Боб сўнгида шиша-кристалл материаллар олишига оид маълумотлар келтирилди.

2-§. Керамика ва шишалар классификацияси

Табиатда барча жинслар уч қўринишда бўлади: газсимон — оддий ва ионлашган газлар ҳолатида; суюқ — оддий суюқлик ва суюқ кристаллар ҳолатида; қаттиқ — кристалл ва аморф ҳолатида. Керамика маҳсулотлари учун типик ҳолат поли ва монокристалл структурали қаттиқ ҳолатдир. Шиша

маҳсулотлари эса гудрон, канифоль, смола моддалари сингари қаттиқ ва нокристалл тузилишга эга. Керамика ва шиша маҳсулотлари биринчи навбатда силикатлар асосида олинган. Ер пўстининг 75 % и силикатлардан ташкил топгани, 12 % и эса озод кремнезёмдан иборатлигини инobatга олсак, уларнинг ҳаётимиздаги ўрни янада ойдинлашади.

Керамика ва шиша турли хомашёлардан пишириш ва эритиш йўли билан олинади. Шунинг учун уларнинг хусусиятлари ўзгарувчан бўлади ва турлича классификацияланади.

Хоссаларига кўра бўлиниши. Хосса ва хусусиятларига кўра икки катта қисмга — керамика ва ўтга чидамли материаллар ҳамда шиша ва ситалларга бўлинади.

Биринчи қисмга «Керамика ва ўтга чидамли материаллар технологияси» асосида ишлаб чиқариладиган буюмлар киради. Булар уч катта группа — анъанавий керамика (қурилиш ва нафис керамика), техника керамикаси (ўтга чидамли юқори оксидли керамика, силикат ва алюмосиликатли керамика, титанатли, ферритли, карбидли, нитридли, боридли ва силицидли керамика) ва ўтга чидамли материаллар (кремнезёмли-динасли ва кварцли; алюмосиликатли — яримнордон, шамотли ва юқориглиназёмли; магнийли-магнезитли, доломитли, форстеритли ва шпинелли; хромли-хромитли, хром магнезитли ва магнезитхромли; цирконийли-цирконли ва цирконий асосли, карбонли-коксли ва графитли; оксидли — махсус оксидли; кислородсиз — карборунли ва ҳоказо) дан ташкил топган.

Иккинчи қисм маҳсулотлари «Шиша ва ситаллар технологияси» асосида бирлашган. Шиша қурилиш (дераза, ойна, тобланган ойна, профили ойна, парчаланмайдиган ойна, безакбоп рангли ойна, шиша блок, кўпик шиша, шиша тола), техникабоп (оптика, нузли техника, электроника, электр изоляцияси, кимёвий лаборатория, ампулалар тиббий ва кварцли шиша ҳамда маиший-хўжалик шишалари (биллур, рангли ва рангсиз шиша, ойнак, кўзгу, арча, безак ва ҳоказо) группалардан ташкил топган. Ситаллар эса хомашё турига қараб техника ситалли (фотоситалл, ситаллцемент, сподуменли, кордиеритли, кўрғошинли ситалл ва ҳоказо) ҳамда саноат чиқиндиси ва тоғ жинси ситалли (шлакситалл, кулситалл, петроситалл)га бўлинади.

Татбиқ этиш соҳаларига кўра бўлиниши. Материалларни татбиқ этилишига кўра керамика ва шишалар учта кат-

та қисмга бўлинади: 1) қурилиш ва саноат қурилиши материаллари; 2) техника материаллари; 3) маиший-хўжалик материаллари (1- ва 2- жадваллар).

Қурилиш ва саноат қурилиши материалларига қурилиш керамикаси маҳсулотлари, ўтга чидамли материаллар ва қурилиш шишаси киради. Қурилиш керамикаси деворбоп, томбоп ва фасадбоп керамика, пол плитаси, каналлация учун ишлатиладиган сопол қувурлар, кимёвий моддаларга нисбатан чидамли керамика, Филтрловчи ковак керамика, керамзит, аглопорит ва санитария-қурилиш сопол буюмларидан ташкил топган.

Кенг қўламда саноат қурилмалари қурилишида ишлатиладиган ўтга чидамли материаллар кимёвий-минералогик таркибига ҳамда ишлаб чиқариш технологиясига қараб саккиз тур (қум-тупроқли, алюмосиликатли, магнезиал хромитли, цирконийли, карбонли, оксидли ва кислородсиз) моддаларга ажралади.

1- жадвал

Керамика материалларини татбиқ этилиши ва сув ютувчанлигига кўра классификацияси

Вазифаси	Керамика тури	Хомашёси	Буюми
1	2	3	4
Сув ютувчанлиги 15% гача бўлган ва ҳисман пишган ссрковак буюмлар синфи			
Қурилиш керамикаси. Деворбоп материаллар	Юқориғовакли, йирик донали	Тупроқ, қум ва бошқа кенгаювчан материаллар	Лойтупроқли гишт ва ичи ғонак тошлар (блоклар)
Томбоп материаллар	Юқориғовакли, йирик донали	Тупроқ, қум	Черепица
Пардозлаш материаллари	Юқориғовакли, йирик донали	Тупроқ, шамот, қум, дала шпати, талък, каолин	Ташқи пардозлаш плиткалари ва блоклар, терракот, метлах, мозайка ва фаянс-ли плиткалар
Санитария техника буюмлари	Фаянс, ярим-чинни	Тупроқ, каолин, бентонит, кварц, кварцли қум	Санитария узеллари жиҳозлари

1	2	3	4
Маиший ва бадий декоратив керамика	Фаянс, яримчинни, майолика	Тупроқ, каолин, бентонит, кварц, кварцли қум, дала шпати	Ошхона ва чойхона идиш-товоклари, бадий декоратив буюмлар
Оловбардош керамика	Қум-тупроқли, алюмосиликатли, магнезиал, хромли, цирконийли, карбонли, оксидли, кислородсиз ва бошқалар	Тупроқ, каолин, шамот, кварцитлар, охак, доломит, магнезит, оксидлар, нитридлар, карбидлар ва бошқалар	Гишт, блоклар, мураккаб шаклли буюмлар
Сув ютувчанлиги 0,5% дан юқори бўлмаган ва батамом пишган зич заррачали буюмлар синфи			
Техника керамикаси	Муллитли, корундли, статитли, кордисеритли, тоза оксидли, электр чинни	Тупроқ, каолин, андалузит, глинозем, дала шпати ва бошқалар	Изоляторлар, термопаралар гишофи, вакуумга мулжалланган пишиқ қолбалар, ўтхоналар учун оловбардош қисмлар
Кислотага бардошли керамика	Тошсимон, кислотага бардошли чинни	Тупроқ, каолин, кварц, дала шпати, шамот	Кислота сақланувчи идишлар, кимё корхоналари асбоблари, ошхона ва чойхона идиш товоқлари, декоратив буюмлар
Маиший хўжалик ва бадий декоратив керамика	Қаттиқ ва юмшоқ хўжалик чинниси	Тупроқ, каолин, кварц, дала шпати	Лаган, коса, чойнак, тарелка, пибла, ваза ва бошқалар
Санитария қурилиш керамикаси буюмлари	Паст температурада пишувчи чинни	Тупроқ, каолин, кварц, қум, дала шпати	Раковина, унитаз ва бошқа буюмлар

Техникада қўлланувчи материаллар, асосан техника керамикаси, техника шишаси ва техника ситалли группаларига мансуб. Қўп манбаларда техника керамикаси 6 тур маҳсулотларни ўз ичига олиши қайд этилган: юқори ўтга чидамли оксидлар керамикаси; силикат ва алюмосиликатлар асосидаги керамика; титан (IV) оксиди, титан, цир-

Баъзи шишаларнинг кимёвий таркиби ва татбиқ этилиши

Шиш- групп- паси	Шишалар- нинг номи	Шишанинг кимёвий таркиби, мас % ҳисобида				
		RO ₂	R ₂ O ₃	RO	R ₂ O	Бошқа- лар
1	2	3	4	5	6	7
Ку- ри- лиш	Дераза ойнаси: "лодочка"ли чузиш	72,0 SiO ₂	1,4 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃	7,5 CaO 3,5 MgO	15,0 Na ₂ O	0,5 SO ₃
	"лодочка"сиз чузиш	72,4 SiO ₂	1,7 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃	7,8 CaO 3,6 MgO	13,8 Na ₂ O	0,5 SO ₃
	Силлиқланган витрина ойнаси	72,0 SiO ₂	1,4 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃	9,0 CaO 3,0 MgO	14,0 Na ₂ O	0,5 SO ₃
	Армировкали ва нақшли ойна	71,5 SiO ₂	0,9 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃	12,6 CaO 1,0 MgO	12,5 Na ₂ O	0,4 SO ₃
	Кузгу ойнаси	71,5 SiO ₂	0,3 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃ 0,6 B ₂ O ₃	14,0 CaO 1,0 MgO	13,4 Na ₂ O	—
	К-З ойнаси	71,4 SiO ₂	0,3 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃ 7,8 B ₂ O ₃	1,3 CaO 0,5 MgO	9,4 Na ₂ O 9,2 K ₂ O	—
	Шиша блоклар	73,2 SiO ₂	1,0 Al ₂ O ₃ 0,1 Fe ₂ O ₃	8,2 CaO 3,0 MgO	13,5 Na ₂ O	—
	Купирган изоляция шишаси	72,5 SiO ₂	1,0 Al ₂ O ₃	6,0 CaO 4,0 MgO	16,1 Na ₂ O	0,4 SO ₃
	Купирган ишқорсиз шиша	60,5 SiO ₂	14,6 Al ₂ O ₃	16,2 CaO 8,7 MgO	—	2,0 F ₂ 100% устига
	Шиша қувурлар	72,0 SiO ₂	1,5 Al ₂ O ₃	7,5 CaO 3,0 MgO	16,0 Na ₂ O	—
	"Перекс" шишаси	80,5 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃ 12,0 B ₂ O ₃	0,5 CaO	4,0 Na ₂ O 1,0 K ₂ O	—
Тех- ника	Кварцли шиша: хира	99,7 SiO ₂	0,27 Al ₂ O ₃ 0,03 Fe ₂ O ₃	—	—	—
	шаффоф	99,95 SiO ₂	0,01 Al ₂ O ₃ 0,01 Fe ₂ O ₃	0,01 CaO	0,02 Na ₂ O	—
	Оптик шиша: крон	71,0 SiO ₂	0,3 As ₂ O ₃	10,1 CaO	18,6 K ₂ O	—
	флинт	47,0 SiO ₂	0,2 As ₂ O ₃	46,4 PbO	6,4 K ₂ O	—

1	2	3	4	5	6	7
	Нур техникаси шишаси: нур сочиш	72,5 SiO ₂	4,5 Al ₂ O ₃	5,0 CaO	16,0 Na ₂ O 2,0 K ₂ O	—
	прожектор	72,0 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃	7,0 CaO 4,0 MgO	13,5 Na ₂ O 1,5 K ₂ O	—
	Электротехник қолба шишаси	71,9 SiO ₂	—	5,5 CaO 3,5 MgO 2,0 BaO	16,1 Na ₂ O 1,0 K ₂ O	—
	Электроизоляция шишаси	75,0 SiO ₂	0,5 Al ₂ O ₃ 0,05 Fe ₂ O ₃	8,5 CaO 0,95 MgO	15,0 Na ₂ O	—
	Кимёвий лаборатория шишаси: 846 шиша	74,0 SiO ₂	3,0 Al ₂ O ₃ 3,0 B ₂ O ₃	10,0 CaO	10,0 Na ₂ O	—
	Пирекс	81,0 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃ 12,0 B ₂ O ₃	0,5 CaO	4,5 Na ₂ O	—
	Термометр шишаси: 16 ^{III} -шиша	67,5 SiO ₂	2,5 Al ₂ O ₃ 2,0 B ₂ O ₃	7,0 CaO 7,0 ZnO	14,0 Na ₂ O	—
	59 ^{III} -шиша	72,0 SiO ₂	5,0 Al ₂ O ₃ 12,0 B ₂ O ₃	—	11,0 Na ₂ O	—
	Тиббиёт шишаси: НС-1-шиша	73,0 SiO ₂	4,5 Al ₂ O ₃ 4,0 B ₂ O ₃	7,0 CaO 1,0 MgO	8,5 Na ₂ O 2,0 K ₂ O	—
	МТ-шиша	72,5 SiO ₂	2,0 Al ₂ O ₃	8,0 CaO 2,0 MgO	15,5 Na ₂ O	—
	Шиша электрод: ЦЛА-шиша	59,5 SiO ₂	19,5 La ₂ O ₃	—	12,6 Li ₂ O 8,4 Cs ₂ O	—
	АҚШ-шиша	56,7 SiO ₂	18,9 La ₂ O ₃	—	12,1 Li ₂ O 12,3 Cs ₂ O	—
	Атом техникаси шишаси: γ - нуридан сақловчи	1,6 TiO ₂	—	61,0 PbO 1,6 CaO	—	15,1 P ₂ O ₅ 21,3 WO ₃
	Нейтрон ютувчи	—	30,0 B ₂ O ₃ 25,0 Cd ₂ O ₃	25,0 CdO 20,0 CaO	—	—
	Радияцияга чидамли	72,3 SiO ₂	0,3 R ₂ O ₃	8,4 CaO 0,2 MgO	17,6 Na ₂ O 1,2 K ₂ O	—

1	2	3	4	5	6	7
Хў-жа-лик	Шиша идиш (тара)	61,9 SiO ₂	11,6 Al ₂ O ₃ 1,5 Fe ₂ O ₃	0,8 MnO 7,0 CaO 4,1 MgO	10,5 Na ₂ O 2,3 K ₂ O	0,3 SO ₂
	Биллур	59,0 SiO ₂	—	24,0 PbO 1,0 ZnO	16,0 K ₂ O	—
	Огир биллур	51,8 SiO ₂	0,04 Fe ₂ O ₃	37,4 PbO	0,7 Na ₂ O 10,06 K ₂ O	—
	Қўрғошинсиз биллур	78,0 SiO ₂	0,5 Al ₂ O ₃	6,8 CaO	1,4 Na ₂ O 13,3 K ₂ O	—

кон ва бошқа кимёвий бирикмалар асосида диэлектрик ўтказувчанликка эга бўлган керамика; феррошпинел ва бошқа бирикмалар асосида олинadиган магнит хоссали керамика; юқори температурада эрийдиган кислородсиз бирикмалар асосидаги керамика ва керметлар.

Украина Фанлар Академияси қошидаги «Материалшунослик муаммолари» институти олимлари тақдим этган классификацияга кўра техника керамикаси буюмларини хоссалари, ишлатилиши ва хомашёсига кўра қуйидаги 8 турга бўлган маъқул: электр керамикаси, магнитли керамика, оптика керамикаси, хемокерамика, биокерамика, иссиқлик керамикаси, механик керамика ва ядро керамикаси (3-жадвал). Албатта, классификацияни янада тўлдириш имкониятлари мавжуд. Масалан, уларга ҳақли равишда юқори температурали, ўта юқори ўтказувчан керамика ва бошқаларни келтириш мумкин.

Техника шишаларини шартли равишда қуйидаги 14 та турга бўлиш мумкин: кварц шишаси, оптика шишаси, ёруғлик техникаси шишаси, тобланган шиша, тахта, триплекс шиша тахтаси, қайрилган шиша, кимёвий лаборатория шишаси, термометр шишаси, тиббиёт шишаси, шиша электрод, электр пайвандловчи шиша флюс-лар, электротехника шишалари, шиша тола, атом техникаси шишалари.

Техника ситаллари группасига эса қуйидаги 11 тур материаллари киради: сподумен таркибли ситаллар, кордирит таркибли ситаллар, юқори кремнеземли ситаллар, қўрғошинли ситаллар, ситаллцемент, шаффоф ситалл, нейтрон ютувчи ситаллар, рангли ситаллар, ситаллэмаль, фотоситаллар ва бошқалар.

Техника шишалари кейинги вақтда атом ва ракета техникаси ҳамда квант электроникасида кўплаб қўлланмоқда. У атом техникасида нурнинг сочилишидан сақланиш, нурнинг тарқалишини дозировка қилиш, радиоактив нурдан сақланиш каби муҳим вазифаларни бажармоқда. Бундай шишалар олдига юқори температурага чидамлилиқ, коррозияга учрамаслик, нур таъсирида хоссаларини ўзгартирмаслик каби талаблар қўйилган. Кристалланган шиша-ситалдан тайёрланган бошқарилувчи снарядларнинг конуссимон қисми ҳам қайд этилган ижобий сифатларга эгаллиги билан ажралиб туради.

Маиший-хўжалик материаллари ва буюмлари асосан нафис керамика ва маиший шишадан ташкил топган. На-

3-жадвал

Техника керамикаси буюмлари классификацияси

Керамиканинг функционал тури	Ишлатиладиган хоссалари	Қўлланилиши	Ишлатиладиган моддалар
1	2	3	4
Электркерамика	Электр ўтказувчанлик, электр изоляцияси, диэлектрик пьезоэлектрик хоссалари	Интеграл схемалар, конденсаторлар, вибраторлар, ўт олдиргичлар, иситувчилар, термисторлар, транзисторлар, филтёрлар, қуёш бата-реялари, қаттиқ электролитлар	BeO, MgO, Y ₂ O ₃ , ZnO, Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , SiC, B ₄ C, TiC, CdS, титанатлар, Si ₃ N ₄
Магнетокерамика	Магнит хоссалари	Магнит ёзуви боши, магнит стка-зувчилар, магнитлар	Магнитли юм-шоқ ва магнитли қаттиқ ферритлар
Оптокерамика	Шаффофлик, поляризация флюоресценция	Юқори босимли лампалар, ИҚ-шаффоф ойна, лазер материаллар, ёруғлик ўтказувчилар, оптик хотира элементлари, дисплей экранлари, модуля-торлар	Al ₂ O ₃ , MgO, Y ₂ O ₃ , SiO ₂ , ZrO ₂ , TiO ₂ , ThO ₂ , ZnS, CdS

1	2	3	4
Хемокерамика	Абсорбцион ва адсорбцион хусусиятлар, каталитик активлик, смирилишга бардошли	Сорбентлар, катализаторлар ва уларни ташувчилар, электродлар (масалан, ёқилги элементлари), газларнинг намлик датчиклари, кимёвий реакторларнинг элементлари	ZnO , Fe_2O_3 , SnO , SiO_2 , MgO , BaS , CeS , TiB_2 , ZrB_2 , Al_2O_3 , SiC , титанатлар
Биокерамика	Биологик мослашувилик биосмирилишга бардошли	Тиш ва бўгин протезлар	Оксидли системалар
Иссиқлик керамикаси	Иссиқликка нисбатан чидамлик, иссиқликка бардошлилик, ўтга чидамлик, иссиқлик ўтказувчанлик, иссиқлик сизими, иссиқликдан кенгайиш коэффициенти	Ўтга чидамлик, иссиқлик қувурлари, юқори ҳароратли реакторларнинг футеровкаси, металлургия саноати учун электродлар, иссиқлик алмашувчилар, иссиқлик химояси	SiC , TiC , B_4C , TiB_2 , ZrB_2 , Si_3N_4 , BcS , CeS , BcO , MgO , ZrO_2 , Al_2O_3 , TiO , композитлар
Механокерамика	Қаттиқлик, мустаҳкамлик, қайишқоқлик модули, қовушқоқликнинг бузилиши, ишқаланишга бардошлилик, триботехник хосса, иссиқликка бардошлилик, иссиқликдан кенгайиш коэффициенти	Иссиқлик двигателлари керамикаси, зичлаштирувчи, антифрикцион ва фрикцион керамика, кесувчи асбоблар, прессса, йўналиш ва ишлатишга бардошли деталлар	Si_3N_4 , ZrO_2 , SiC , TiB_2 , ZrB_2 , TiG , TiN , NC , B_4C , Al_2O_3 , BN , титанатлар
Ядро керамикаси	Радиацион бардошлик, иссиқликка бардошлик, иссиқликка булган мустаҳкамлик, нейтронларни қамра олиш, кесиш ўтга чидамлик, радиоактивлик	Ядро ёқилгилар, реакторларнинг футеровкаси, экранилаш материаллари, нурланишни ютувчилар, нейтронларни ютувчилар	UO_2 , UO , PuO , UC , US , ThS , SiC , B_4C , Al_2O_3 , BcO

фис керамика буюмлари икки турга — чинни ва сопол буюмларга, майший шиша буюмлари эса уч турга — шиша идиш (тара) сортли шиша ва бадиний декоратив шишага бўлинади. Майший-хўжалик буюмларини яна ўтга чидамли материаллар ва ситаллар асосида ҳам олиш мумкин.

Кимёвий-минералогик таркибга асосланб ажратиш. Керамика ва шиша маҳсулотлари материалнинг кимёвий ва минералогик таркиби ёхуд ишлатилаётган хомашё турига қараб ҳам классификацияланади. Ўтга чидамли материаллар классификациясининг асосида хомашёнинг физик ва кимёвий табиати асос қилиб олинган. Шунинг асосида юқорида қайд қилиб ўтганимиздек, барча моддалар 8 та гурппага бўлинади. Улар ҳам ўз навбатида композиция ташкил этувчи асосий хомашё минераллари миқдорининг ўзгартириш асосида 18 та типга бўлинади.

Тайёр маҳсулотнинг кимёвий таркиби, айниқса аморф модалда неорганик шиша классификациясида муҳим уринин эгаллайди. Таркиб асосини ташкил этувчи Д. И. Менделеевнинг кимёвий элементлар даврий системаси жадвали элементининг сони ва номига қараб шишалар қуйидаги турларга ажратилади: силикатли, боратли, фосфатли, германатли, теллуритли, селинитли, алюминатли, галлатли, арсенатли, антимонатли, висмутли, титанатли, ванадатли, молибдатли, вольфраматли, галогенидли ва ҳоказо. Номи қайд қилинган силикатли ва фосфатли шишалар ўзининг амалий аҳамияти билан ажралиб туради. Силикатли шишалар асосини кремнезём, яъни SiO_2 ташкил қилади. Бундай маҳсулотлар туркумига қурилиш шишаси, силлиқланган шиша, архитектура мақсадларида хизмат қилувчи шиша, шиша тара ва шиша идишлар киради. P_2O_5 асосида олинган фосфатли шишалар техника ва оптика шишалари ҳамда электровакуум саноати шишаларидан иборат. B_2O_3 асосида олинган боратли шиша оптика ва термик турғун шишалар олинганда қўл келади. Таркибида PbO булган шишалар биллур маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Яна бир ҳисобга олинган фактор — зўрга суюлувчан моддаларнинг нометалл ва металлсимон шакллarga эга эканлигидир. Нометалл моддаларнинг заррачалари ўрта-сидаги муносабат ковалент, ионли ёхуд ковалент-ионли бўлади. Металлсимон моддаларда эса кимёвий боғланиш

1	2	3	4
Хемокерамика	Абсорбцион ва адсорбцион хусусиятлар, каталитик активлик, емирилишга бардошли	Сорбентлар, каталлизаторлар ва уларни ташувчилар, электродлар (масалан, ёқилги элементлари), газларнинг намлик датчиклари, кимёвий реакторларнинг элементлари	ZnO , Fe_2O_3 , SnO , SiO_2 , MgO , BaS , CeS , TiB_2 , ZrB_2 , Al_2O_3 , SiC , титанатлар
Биокерамика	Биологик мослашувлик биосемирилишга бардошли	Тиш ва бугин протезлар	Оксидли системалар
Иссиқлик керамикаси	Иссиқликка нисбатан чидамлик, иссиқликка бардошлилик, утга чидамлик, иссиқлик ўтказувчанлик, иссиқлик сиғими, иссиқликдан кенгайиш коэффициенти	Утга чидамлик, иссиқлик қувурлари, юқори ҳароратли реакторларнинг футеровкаси, металлургия саноати учун электродлар, иссиқлик алмашувчилар, иссиқлик химояси	SiC , TiC , B_4C , TiB_2 , ZrB_2 , Si_3N_4 , BeS , CeS , BeO , MgO , ZrO_2 , Al_2O_3 , TiO_2 , композитлар
Механокерамика	Қаттиқлик, мустаҳкамлик, қайишқоқлик модули, қовушқоқликнинг бузилиши, ишқаланишга бардошлилик, триботехник хосса, иссиқликка бардошлилик, иссиқликдан кенгайиш коэффициенти	Иссиқлик двигателлари керамикаси, зичлаштирувчи, антифрикцион ва фриксион керамика, кесувчи асбоблар, пресс-асбоб, йўналиш ва ишлатишга бардошли деталлар	Si_3N_4 , ZrO_2 , SiC , TiB_2 , ZrB_2 , TiC , TiN , NC , B_4C , Al_2O_3 , BN , титанатлар
Ядро керамикаси	Радиацион бардошлик, иссиқликка бардошлик, иссиқликка бўлган мустаҳкамлик, нейтронларни қамра олиш, кесиш, утга чидамлик, радиоактивлик	Ядро ёқилғилар, реакторларнинг футеровкаси, экранирлаш материаллари, нурланишни ютувчилар, нейтронларни ютувчилар.	UO_2 , UO , PuO , UC , US , ThS , SiC , B_4C , Al_2O_3 , BeO

фис керамика буюмлари икки турга — чинни ва сопол буюмларга, маиший шиша буюмлари эса уч турга — шиша идиш (тара) сортли шиша ва бадний декоратив шишага бўлинади. Маиший-хўжалик буюмларини яна утга чидамли материаллар ва ситаллар асосида ҳам олиш мумкин.

Кимёвий-минералогик таркибга асосланб ажратиш. Керамика ва шиша маҳсулотлари материалнинг кимёвий ва минералогик таркиби ёхуд ишлатилаётган хомашё турига қараб ҳам классификацияланади. Утга чидамли материаллар классификациясининг асосида хомашёнинг физик ва кимёвий табиати асос қилиб олинган. Шунинг асосида юқорида қайд қилиб ўтганимиздек, барча молдалар 8 та гурппага бўлинади. Улар ҳам ўз навбатида композиция ташкил этувчи асосий хомашё минераллари миқдорининг ўзаро нисбати асосида 18 та типга бўлинади.

Тайёр маҳсулотнинг кимёвий таркиби, айниқса аморф молда поорганик шиша классификациясида муҳим урини эгаллайди. Таркиб асосини ташкил этувчи Д. И. Менделеевнинг кимёвий элементлар даврий системаси жадвали элементининг сони ва номига қараб шишалар қуйидаги турларга ажратилади: силикатли, боратли, фосфатли, германатли, теллуритли, селинитли, алюминатли, галлатли, арсенатли, антимонатли, висмутли, титанатли, ванадатли, молибдатли, вольфраматли, галогенидли ва ҳоказо. Ном қайд қилинган силикатли ва фосфатли шишалар ўзининг амалий аҳамияти билан ажралиб туради. Силикатли шишалар асосини кремнезём, яъни SiO_2 ташкил қилади. Бундай маҳсулотлар туркумига қурилиш шишаси, силлиқланган шиша, архитектура мақсадларида хизмат қилувчи шиша, шиша тара ва шиша идишлар кирadi. P_2O_5 асосида олинган фосфатли шишалар техника ва оптика шишалари ҳамда электровакуум саноати шишаларидан иборат. B_2O_3 асосида олинган боратли шиша оптика ва термик турғун шишалар олишда қўл келади. Таркибида PbO бўлган шишалар биллур маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Яна бир ҳисобга олинган фактор — зўрга суюлувчан молдаларнинг нометалл ва металлсимон шаклларга эга эканлигидир. Нометалл молдаларнинг заррачалари ўрта-сидаги муносабат ковалент, ионли ёхуд ковалент-ионли бўлади. Металлсимон молдаларда эса кимёвий боғланиш-

БНГ ЛИБРЕКА
Б.к. ТП в ЛП
№ 2843

нинг металллик типи мавжуд. Биринчи гурпуага даврий системанинг III-VI группасида жойлашган бор, азот, карбон, кремний, алюминий, кислород ва бошқаларнинг бирикмалари киради. Иккинчи гурпуада эса карбидлар, боридлар, нитридлар, силицидлар мавжуд. Юқорида қайд этилган бирикмаларнинг кўпчилигида юқори қаттиқлик ва термодинамик турғунлик мавжуд.

Тайёрлов усули ва кўринишига кўра ажратиш. Керамика ва шиша маҳсулотларини тайёрлаш усули ишлов бериш хили, структураси, қаттиқ ва майда заррачаларнинг бири-бирига ёпишиб қолиши, сирланганлиги, юзасининг кўриниши, шакли ва ўлчами, ўтга чидамлилиги, кислотага бардошлилиги ва шунга ўхшаш бошқа факторлар асосида ҳам қисм, гурпуа ва турларга бўлинади.

Тайёрлов усулига кўра, масалан, барча ўтга чидамли маҳсулотлар шликер ёки эритмадан қуйилган, пластик формовка қилинган, яримқуруқ прессланган, пластик бўлмаган кукунсимон массадан трамбовкаланган, тоғ жипси ва қуйма блоклардан аралашган буюмларга ажралади. Термик ишлов бериш хилига қараб эса ушбу маҳсулотлар қуйдирилмаган (монологит буюм), қуйдирилган (шамот ғишти) ва эритиб қуйилган (дераза ойнаси) маҳсулотларга бўлинади.

Машинасозлик керамикаси, шу жумладан, керамик инструментал материаллар олиш технологиясида ҳам тайёрлов усули ўта муҳим бўлиб, технологиянинг энг мураккаб ва масъулиятли жараёнлардан бири ҳисобланади. Уларда тайёрлов усули, асосан уч турга ажралади. Биринчи усулда совуқ ҳолатда пресслаш ва қуйдириш орқали маҳсулотни жипслаш содир бўлади. Иккинчи усул иссиқ пресслаш усули деб номланади. Учинчи усулда керамик кукун иссиқ изостатик пресслашга дучор бўлади. Техникада биринчи ва учинчи усулларнинг биргаликда ишлатилиши ва шу орқали тайёр буюмнинг хоссаларини турғун ҳолатга келтириш ҳам маълум. Иккинчи ва учинчи усуллар биринчи совуқ қолнплаш усулидан ўлароқ катта тежамкорликка олиб келиши мумкин, чунки бу ҳолатларда қуритиш ва қуйдириш жараёнларига муҳтожлик қолмайди.

Қуйида кукунлар орқали керакли керамика моддалари олиш бўйича мавжуд усуллар ҳақида фикр билдирилади. Энг кўп тарқалган усул печь синтези усули бўлиб, у ёпиқ

ҳажмли реакторларда олиб борилади. Иккинчи усул ўзи тарқалувчан юқори температурали синтез бўлиб, у реакция жараёнида экзотермик иссиқликнинг ҳосил бўлишига асосланган. Учинчи усул плазмали технология ёки плазмакимё синтези номи билан аталади.

Шиша маҳсулотлари асосий жараёнлардан бири—қуйиш усулига кўра тортиб (чўзиб) тайёрланган, прокат (прокатка) қилинган ва сайқал (полировка) берилган шишаларга ажратилади. Улар қуйиш жараёнидаги ишлов бериш усулига кўра, қуйма бадий безакланган, нақшланган, силлиқланган, эмаль бўёқлар билан бадий ишлов берилган буюмлардан ташкил топган.

Синдириб кўрилган юзанинг кўриниши (структураси) бўйича барча буюмлар иккига—майда толали тузилишга ва йирик толали тузилишга эга бўлган буюмларга ажралади. Бундай йўсинда классификациялаш айниқса нафис ва дағал керамика буюмлари учун хос. Қуйиш жараёнида қаттиқ майда заррачаларнинг бири-бирига ёпишиб қолишига кўра ҳам буюмлар танаси тош қотиб қолган ва танаси ғовак-лиларга ажралади. Танаси ғовак буюмлар нур таъсирида ялтирамайди, юзаси хира ва ерсимон тусга эга бўлади. Танаси тош қотиб қолган буюмлар эса мустаҳкам, ялтироқ чиганоқсимон юзага эга, очиқ ва туташган ғовакларсиздир. Керамика буюмлари, шунингдек, сирланган ва сирланмаган бўлишлари мумкин. Ташқи муҳит таъсиридан сақланиш ва декоратив тус бериш учун буюмлар (масалан, сопол ва чинни, ички ва ташқи пардозлаш плиткалари, юзали ғишт ва канализация қувурлари) сир билан қопланган.

Баъзи бир ҳолатларда буюм юзасининг кўриниши, геометрик шакл ва ўлчами ҳам классификациялашга сабабчи бўлади. Юзанинг табиатига кўра барча шиша маҳсулотлар қуйидаги гурпуаларга бўлинади:

Яхлит юзали буюмлар (дераза, ойна, плитка, шиша блоклар, раковина, ванна, қувур ва ҳоказо); қия (нишаб) юзали буюмлар (линза — ботиқ ойна); тўлқин юзали буюмлар (томга ёпиладиган шиша, тарнов-шиша); нақш юзали шиша буюмлар (шиша эшик полотноси, биллур, гилам-мозаика плитаси); сертола юзали буюмлар (шиша тўлдиргич, иссиқлик ва товушни изоляция қилувчи шиша мато); армировкали юзага эга буюмлар (армировкаланган қурилиш шишаси).

Ўтга чидамли материаллар эса шакли ва ўлчамига кўра «тўғри» ва «клинли» нормал гишт ва олдий, мураккаб, ўта мураккаб ва йирик блокли шаклдор буюмларга ажратилади. Яна улар юқори температурага чидамликлик нуқтани назаридан ҳам уч турга — ўтга бардошли (1850—2040 К), юқори ўтга бардошли (2040—2270 К) ва ўта юқори ўтга бардошли (2270 К дан юқори) бўлиши мумкин.

3-§. Керамика ва шишалар ишлаб чиқариш технологияси

Технологик операциялар ҳақида умумий тушунча. Технология сузи материалларни ишлаш воситалари ва усуллари ҳақидаги билимларни англатади. Шу сабабли қуйида силикат ва ундан маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнига оид баъзи бир умумий маълумотларни келтирамыз.

Керамика ва ўтга чидамли материаллар ҳамда шиша ва ситалл буюмлари ишлаб чиқариш технологиясининг асосида табиий эки суғий хомашё ва материаллар (кукун) ни маълум даражада комплекс хоссалари билан характерланувчи техникавий монолит тошга айлантириш ётади.

Керамика ва шишалар технологиясининг айрим қисмларини схематик равишда қуйидагича тасвирлаш мумкин:

1. Керамика ва ўтга чидамли материаллар технологияси: хомашё → кукун, яластик масса эки шпинкер тайёрлаш → қолиплаш → қуритиш → куйдириш → термик, механик эки кимёвий ишлов бериш → сортлаш → упаковкалаш → тайёр буюмлар омбори;

2. Шиша ва ситаллар технологияси: хомашё → шихта-кукуни эки брикет тайёрлаш → эритиш → қолиплаш → термик, механик эки кимёвий ишлов бериш → сортлаш → упаковкалаш → тайёр буюмлар омбори.

Аввало технологик жарасида хомашё сифатида ишлатиладиган материаллар устида тўхталиб ўтамыз. Керамика ва ўтга чидамли материаллар олишда гил, лёсс, дала шпати, қум ва шамот, шиша ва ситалл маҳсулотлари ишлаб чиқаришда эса қум, оҳактош, сода эки поташ каби хомашёлар ишлатилади. Кўришиб турибдики турли-туман силикат маҳсулотларини олишда ишлатилувчи хомашё турларида анчагина ухлаллик бор. Аммо ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг хосса-хусусиятларига қараб уларнинг ўзаро нисбати ва тури ўзгариши мумкин. Масалан: қури-

лиш гишти, говак ва кавакли гиштлар олишда гилнинг осон суюқланувчан ва 1620 К дан паст температурага бардош берувчи тури ишлатилади. Турли қўшимчалар — кварц эки кварц қуми, темир оксидлари, оҳактош заррачалари ва органик бирикмалар уларни пастроқ температурада суюқланишига олиб келади. Ўтга чидамли материаллар олишда эса ўтга бардошли гиллар ишлатилади. Улар осон суюқланувчан гилларга нисбатан тоза бўлиб, кварц, дала шпати, слюда, темир бирикмалари ва бошқалар нисбатан камроқ аралашгани сабабли, 1850 К дан юқори температурага бардош беради. Гилларнинг учинчи тури қийин суюқланувчан гиллар 1620—1850 К да суюқланади. Уларда механик қўшимчалар ўтга бардошли гиллардагига нисбатан кўпроқ булгани сабабли ўтга чидамли гишт олиб бўлмайди. Улардан, асосан канализация қувурлари, пол ва ички пардозлаш плиткалари ва фасаддон керамика ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Силикат маҳсулотлари олинишидаги бажариладиган асосий технологик операциялардан бири хомашё материалларини тайёрлаш бўлиб, у ҳўл эки қуруқ усулда амалга оширилади. Хомашё материаллари сувда тайёрланганида, ишлаб чиқариш усули «ҳўл» усул деб аталади. Қайси усулни танлаш хомашё тури ва унинг хоссалари, технологик ва техник иқтисодий табиатидаги бир қатор омилларга боғлиқ.

Материалларни тайёрлашга оид асосий вазифа — талаб қилинган намлик ҳамда кимёвий, минералогик ва гранулометриқ таркибли бир жинсли хомашё аралашмасини ҳосил қилишдир. Ана шундай аралашмани тайёрлаш учун таркибга кирадиган материаллар (оҳактош, гил, дала шпати, тўғриловчи қўшимча ва бошқалар) майда туйилади ва маълум миқдордаги сув эки пар иштирокида яхшилаб аралаштирилади. Таркибга кирувчи материаллар майда туйилса ва аралаштирилса, хомашё аралашмаси таркибидаги оксидлар куйдирилаётган эки эритилаётганда бир-бирларига ўзаро тўлароқ таъсир этишади.

Хомашё материаллари керамика ва шишалар технологиясининг иккала қисми учун ҳам айнан бир хил тайёрланади. Хомашёни ер остидан қавлаб олиш, ташини, доналаш, саралаш, дозалаш, юқорига қўтариш, узатиш, аралаштириш, унлаш ва тайёр бир жинсли хомашёни сақлаш ишлаб чиқаришдаги асосий технологик операциялардан ҳисобланади.

Хомашёни қазиб олиш ва ташиш. Хомашё, масалан, гилни ер остидан кавлаб чиқариш корхона яқинидаги очик саёз кон-карьерларда амалга оширилади.

Хомашёни сидирадиган ва юклайдиган машина — скрепер, бульдозер ёки экскаватор ёрдамида аввало карьер юзаси ўсимлик, қуланг тупроқ ва оҳактош қолдигидан тозаланади, оқова ариқлари йўқотилади ҳамда машиналар учун кириш йўли қурилади. Сўнгра турли усулларда (илиқ иқлимли районларда очик, қиши қаттиқ районларда эса ёпиқ усулларда) гилни кавлаш ва транспорт воситаларига юклаш ишлари амалга оширилади. Ушбу мақсалларга одатда чўмич ҳажми 0,5—2 м³ бўлган бир чўмичли, кўплан-кўп ҳолларда кўпканшли экскаваторлар қўл келади.

Оҳактош, мергель, магнезит, доломит, кварц, дала шпати, тоғ биллури каби қаттиқ моддалар эса портлаш ёрдамида қазиб олинади ва бир чўмичли экскаватор ёрдамида вагонетка, платформа ёки машиналарга жойланади.

Хомашёни ташиш мақсадида рельсли ва рельсиз, даврий ва тўхтовсиз узатиб турувчи машиналар қўлланилади. Рельсли транспорт воситалари қаторига мотовоз, электровоз, осма сим арқон йўли кабилар киради. Рельсиз юк ташувчи воситаларга эса турли-туман маркали автомашиналар (масалан, «БелАЗ» ва «КрАЗ»), электролафат, скрепер ва бульдозерларни кўрсатиш мумкин. Юкларни жойидан жойига тўхтовсиз узатиб туриш горизонтал йўналиш бўйича транспортер ва вертикал йўналишда элеваторлар воситасида бажарилиши мумкин. Карьер заводдан тахминан 1 км нарида бўлса лентали транспортлардан, завод билан карьер ораси паст-баланд жойлар бўлса осма сим арқондан фойдаланса бўлади. Баъзи ҳолларда гидротранспортдан фойдаланилади.

Қаттиқ иқлимли шароитларда нормал ишлашни таъминлаш учун корхона ҳовлисида ишлаб чиқариш учун керакли материалларнинг маълум муддатли захиралари ҳозирлаб қўйилади.

Хомашёни майдалаш. Керамика ва шиша маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хомашёни майдалаш турли майдалаш-туйиш машиналарида амалга оширилади. Бу машиналарда майдалаш модда бўлакларини эзиш, уриш, ишқалаш, ёриш, узиш, портлаш жараёнлари орқали рўй беради. Ушбу жараён тури одатда моддаларнинг физик хоссалари,

модда бўлакчаларининг ўлчами ва белгиланган майдалаш даражасига қараб танланади.

Масалан, гилнинг ҳажм оғирлиги 1700—2000 кг/м³ ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 0,2—0,6 МПа; оҳактошнинг ҳажм оғирлиги 2630—3100 кг/м³ ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 40—380 МПа; кварцнинг ҳажм оғирлиги 2640 кг/м³ ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 80—145 МПа; шамотнинг ҳажм оғирлиги 1700—2100 кг/м³ ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 10 МПа атрофида бўлади. Хомашёнинг кўриниб турган физик хоссаларидаги фарққа қараб моддаларнинг майдаланишга мойиллиги туйиш қобилияти коэффиценти орқали аниқланади.

Туйиш қобилияти коэффиценти маълум даражада майдаланган эталон ва текшириладиган моддаларнинг майдалашга кетган солиштира энергия миқдорлари нисбатини англатади ва хомашё турлари учун қуйидаги рақамлар билан характерланади:

Гил	1,5 — 2
Оҳактош	0,8 — 1,1
Кварц	0,6 — 0,7
Клинкер	1
Дала шпати	0,8 — 0,9
Магнезит	0,7 — 1
Тошқумир	0,7 — 1,3

Майдаланаётган модда бўлакчаларининг дастлабки ўлчами уларни карьердан қазиб олиш, ташиш ва намлигига кўра турлича бўлади. Бўлакчалар кўринишини шартли шарсимон шаклда деб олсак, уларнинг диаметри қуйидагича топилади:

$$D_{\text{ўртача}} = \sqrt[3]{l b h} \quad \text{ёки} \quad D_{\text{ўртача}} = \frac{l + b + h}{3}$$

Аксарият ҳолатда бу ўлчамнинг бошланғич ҳолати 750—250 мм га тенг бўлиб, туйилганидан кейинги ҳолати эса 0,01 мм ва ундан ҳам кичик бўлиши мумкин.

Модда бўлакчалари бошланғич ўртача ўлчами ($D_{\text{ўртача}}$) нинг майдалангандан кейинги ўртача ўлчами ($d_{\text{ўртача}}$) нисбати *материалнинг майдаланиш даражаси* деб аталади ва у *i* ҳарфи билан белгиланади:

$$i = \frac{D_{\text{серпика}}}{d_{\text{шпала}}}$$

Матерналарни майдаланиш даражаси майдалаш машиналари учун 4—30 га, ун тортиш машиналари учун 300 гача, баъзи вақтларда эса бир неча минггача бўлиши мумкин.

Қаттиқ хомашёни майдалашда валикли майдалагич, чопқирли майдалагич (тегирмон тоши ва умуман битта ёки иккита тошайланувчи катокдан иборат янчиш учун хизмат қиладиган машина), болғачали юзли (лунжли), копсусли, роторли (зарбли) майдаловчи машиналар, стругач (юмшоқроқ хомашёни қирини йули билан майдаловчи машина) ва тонрасплер (сетка юзасига ишқалаш орқали майдалаш)лар ишлатилади. Ун тортиш машиналарини сифатида эса шарли, стерженли ва болғачали тегирмонлар қўлланилади. Кейинги пайтларда ушбу мақсадда пневмо-, вибро ва энергия оқимли тегирмонлар кенг қўлланилмоқда.

Номлари юқорида қайд этилган машиналарнинг у ёки бу турини қўллаш юқорида сўз юритилган уч фактор (сиқилиндаги мустақкамлик, булақларнинг дастлабки ўлчами ва майдалаш даражаси)га боғлиқ. Оҳактош, кварц ва шамот каби қаттиқ ва мустақкам молдалар юзли (жағли, лунжли) майдалагичларда 100—200 мм ўлчамгача майдаланади. Сўнгра болғачали ва конус майдалагичларда 10—30 мм ўлчамгача кичрайтирилади. Ушбу мақсадда зарбли майдалагичлардан ҳам фойдаланса бўлади. Унда материал катта тезликда айланаётган туқмоқлар ва корпусга ўрнатилган махсус панжалар ёрдамида майдаланади. Сўнгги марта хомашё валикли майдалагичдан ўтган гил билан бирга шарли тегирмонларда ҳўл ёки куруқ усулда майдаланади. Материал сувсиз майдалангандагига қараганда сувда яхши майдаланади, чунки сув майдаланаётган материал қаттиқлигини кескин камайтиради.

Оҳактош ва бошқа компонентлар шарли тегирмонга узлуксиз ишлайдиган механизмлар ёрдамида узатилади. Уларнинг ишини автоматлар бошқарганлиги сабабли тегирмон доимо бир хил кучланишда серунум ишлаб, материалларни талаб қилинган даражада майдалаб ва аралаштириб туради.

Хомашёни тозалаш ва таъмирлаш. Бу операция вақтида майдаланган материал ёки бир жинсли аралашма айрим нав (сорт) ва синф (класс)ларга ажратилади ҳамда керак-

сиз қўшимчалардан тозалани. нологиясида материаллар

механик саралаш — ва асбоблар ёрдамида чайиб катта-кичиклигига кўра саралади;

ҳавода саралаш — матилари, циклон, филътр ва айланма кучлар таъсирида катдаги ҳаво оқимидан асб

магнитли саралаш — торлар билан темир биримларидан тозаланади;

гидравлик саралаш — камерали ва гидромеханили муҳитда доналар ўлчамиги фарқ сабабли турли тецияларга бўлиниши ётади.

Технологияда майдалаш асбоблари, юкларни воситаларининг хомашё, дан таъминлашни тартиб (дискли), пластинкали (озиклантирувчи машина вақтларда бу машиналар мумкин.

Дозалагичлар технология лум миқдорда узлуксиз туришига хизмат қилади. ли ва оғирлик дозалагич гичларда дозалаш аниқли нуқтан назаридан қулай кенг қўлланилади. Аниқ эса фақат циклик ёки қўлланилади.

Хомашёни аралаштириш лаш. Хомашёларни бир муҳим технологик жараи шнекли лойқоргич, эритри гич, лойаталагич каби Мисол тариқасида пласт

лаш жараёни билан танишиш мумкин. Бу усулда майдаланган гилтупроқ қанотли бир ёки икки валли лойқоргичга тушади. Бу ерда унга 18—25 % сув қўшилиб лой қорилди ва бир жинсли бўлгунига қадар шнекли вал қанотлари ёрдамида аралаштирилади. Пластик масса, масалан, манший-ҳужалик чиннисини олиш учун шликер ёки эритмадан тайёрланаётган бўлса, у ҳолда таркибидаги сув миқдори филтпресслар ёрдамида камайтирилади. Яна массага лентасимон вакуумли ёки вакуумсиз прессларда қўшимча ишлов бериб сифатини яхшилаш мумкин.

Бир жинсли тайёр моддани қолиплаш. Керамика ва ўтга чидамли материаллар яримқуруқ усул кукуни, пластик усул массаси, шликер ёки эритма махсус асбоб ва машиналар ёрдамида қолиплаб олинади. 7—12 % намликка эга бўлган яримқуруқ кукун бир ёки икки томонлама бир поғонали ёхуд кўппоғонали усулларда 20—40 МПа босимда прессланади. Пресслаш жараёни тирсак дастали, фрикцион, ротацион ва гидравлик прессларда бажарилади. 18—25 % намликка эга пластик массани пресслаш 1—2 МПа босимда лентасимон ёки штамповка прессларида амалга оширилади. Одатда масса пресс ичида шнек ёрдамида сурилади ва зичланади. Пресс мундигукидан узлуксиз чиқаётган брус кесадиган қурилманинг пўлат симлари ёрдамида кесилиб, берилган ўлчамдаги гишт ҳосил қилинади. Штамповка прессларида жараён даврий бажарилгани сабабли кесадиган қурилмага ҳожат қолмайди. Бу пресслар жуда унумдор бўлиб соатига 10 минг, ҳатто ундан кўп маҳсулотни қолиплаш имкониятини беради. Сопол-чинпи каби буюмлар олишда ҳам юқорида намлиги қайд этилган массалар ишлатилади, аммо қолиплаш жараёни қўлланилаётган машина ва асбоблар турига кўра бошқачароқ ўтади.

Шиша ва ситалл маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қолиплаш жараёни керамика ва ўтга чидамли материаллар олиш технологиясидан ўлароқ, асосий термик операция эритиш жараёнидан сўнг амалга оширилади. Қолиплаш қўл ва машиналар ёрдамида тортиб чузиш, куйиш, прокатлаш, пресслаш, пуфлаш усулларида бажарилади. Масалан, дераза ойнаси вертикал ва горизонтал йўналишда чузиладиган машиналарда тайёрланади. Бу машиналарда узлуксиз шиша лентаси эритмага туширилган «қайиқча» номли қолипловчи мосламанинг тирқиши орқали тортиб

чузилади ва тешикли ўлчамларда қалинлиги 2—6 мм бўлган варақлар қўринишида қирқиб олинади. Узлуксиз шиша лентасини қайиқча усулисиз эркин ҳолда ҳам чузиб олиш мумкин. Бу усулда шиша массаси бошқа молда билан алоқада бўлмагани сабабли ҳаво пуфакчалари, қилсимон чизик ва хира нуқта каби нуқсонлардан холи бўлади.

Шиша ва ситалл шихтаси эришидан олдин (баъзи ҳолатларда) қолипланиб майда-майда дона — грануларлар ҳосил қилинади. Қуруқ усулда портландцемент ишлаб чиқариш жараёнида ҳам ана шундай доналар тешикли пресс, махсус барабан ёки товоқсимон донаторлаштиргичларда тайёрланади. Бу билан шиша шихтаси ёки цемент унининг чиқит газлар билан кўп миқдорда учиб чиқиб кетишига барҳам берилди. Натижада печь нормал ишлайди ва иш унумдорлиги ошади.

Маҳсулотга термик, механик ва кимёвий ишлов бериш. Бу усуллар орасида термик ишлов бериш керамика ва шиша технологиясининг энг мураккаб ва масъул жараёни бўлиб, тайёр маҳсулотнинг сифатини маълум даражада таъминлайди. Керамика ва ўтга чидамли материаллар технологиясида маҳсулотни қуритиш ва куйдириш, шиша ва ситаллар технологиясида эса аралашма ёки грануларни эритиш ва қолипланган маҳсулот кучланишини йўқотиш каби асосий жараёнларни ўз ичига олади.

Номи юқорида қайд этилган силикат маҳсулотларига термик ишлов бериш турли усул, агрегат ва температурада олиб борилади.

Керамика ва ўтга чидамли материаллар ишлаб чиқаришда аввало хом маҳсулот қуритилади. Ҳозирги пайтда маҳсулотларни қуритиш жараёни замонавий, қўл кучи ва қўл меҳнатида холи бўлган камера, конвейер ёки туннель қуритгичларда 360—390 К иссиқлик ёрдамида олиб борилади. Қуритиш вақти техника тараққий этгани сари қисқармоқда.

Хом гиштнинг қуритилишини мисол тариқасида келтиришимиз мумкин. Нурли ёки ротацион автоматлар билан брусдан кесилган гишт «Автомат тахловчи» машиналар ёрдамида қуритиш вагончаларига юкланади. Жумладан, «СМ 562А» маркали шундай машина бир соатда 8000 дона гиштни тахлайди, яъни илгари 8—10 киши бажарадиган ишни бир ўзи бажаради, сўнгра 6—9 % намликкача

қуритилади. Фишт тайёрлаш жараёни қадим замонларда ма-
наққатли операция ҳисобланиб, фишт ҳафталаб очиқ май-
донларда ва махсус саройларда қуёш нури ёки ёнаётган
утин иссиқлиги ёрдамида қуритилар эди. Ҳозирги пайтда
қуритиш вақти бир неча марта қисқарган: у камера агре-
гатида 40—70 соатни, туннель агрегатида эса 15—40 соат-
ни ташкил қилади.

Қуритилган фишт қуритгич вагончаларидан олиниб,
махсус вагонлар ёки махсус хоналарга жойланади. Сунгра
у пиширилади. Бу мақсадда турли-туман печлардан кенг
қўйдаланилади.

Қурилиш гишти олиш учун ишлатиладиган масса тар-
кибига эриш температураси паст бўлган моддалар кир-
тилишига қарамасдан гиштнинг пишиш ва қаттиқ тошга
айланиш температураси ҳали ҳам юқорилигича — 1170—
1370 К атрофида қолмоқда. Шунинг учун гиштлар махсус
утдонда, яъни айланма ва туннель печларида қуйдирила-
ди ёки автоклавларда пар билан ишлов берилади. Утга чи-
дамли гишт таркибига эриши қийин бўлган каолин туп-
роғи, юқори температурага чидамли тоғ жинси ва сунъий
моддалар кирганлиги сабабли улар қуйдириладиганда тем-
пература анча юқори — 1620—1770 К атрофида бўлади ва
улар асосан туннель печларда тайёрланади.

Ҳозирги замонавий гишт қуйдириш печлари гигант
иншоотлардан иборат бўлиб, уларнинг майдони унлаб,
ҳатто юзлаб квадрат метрни ташкил қилади. Мисол тари-
қасида айланма печнинг ҳажми 950 ва туннель печнинг
ҳажми 315—440 м³ ни ташкил қилишини эслатиш kifоя.
Улар электр токи, газ ёки мазут орқали иситилади. Бундай
печларнинг 1 м³ ҳажмидан бир ойла 1500—5000 дона гишт
олинади. Битта 100 куб метрлик ҳажмни ташкил этган
печдан йилига олинadиган гишт маҳсулоти 25 миллион
донани ташкил этади. Гиштларни қуйдириш вақти эса 24
соатдан 72 соатгача давом этиши мумкин.

Ҳозирги пайтда силикат гиштларни пишириш катта
ҳажмли автоклавларда амалга оширилади. Ишлов беришда
қўлланиладиган буғнинг температураси 420—479 К бўлиб,
босим 7—8 атмосферани, автоклажда ишлов бериш вақти
эса 14—16 соатни ташкил этади. Фақат шундай шароит
яратилгандагина қум оҳақ ва сув билан кимёвий реакция-
га киришади, гиштнинг мустақамлигини таъминловчи
монокальцийли гидросиликат минералини ҳосил қилади.

Эффектив гишт турлари ҳам худди қурилиш гишти син-
гари айланма ва туннель печларда пиширилади. Уларни
қуйдиришнинг ўзига хос афзалликлари бор: 20—25 %
ёқилги тежалди, қуйдириш вақти бир мунча қисқаради,
гишт вагонларини силжитишга кетган энергия камаяди ва
ҳоказо.

Чинни-сопол буюмлари ишлаб чиқаришда ҳам хом
маҳсулотларга термик ишлов бериш кўпинча туннель печ-
ларда амалга ошади. Аммо гишт каби маҳсулотларга ўла-
роқ термик ишлов икки стадияда олиб борилади. Маса-
лан, хўжалик-маиший чинниси аввал 1170—1220 К тем-
пературада қуйдирилади, сунгра сирланади ва 1570—1620 К
да иккинчи марта қуйдирилади. Маҳсулот юзаси бўялган
ва олтин сувида безакланган бўлса, у ҳолда учинчи тер-
мик ишлов берилади. Сопол буюмлари олишда эса бирин-
чи қуйдириш жараёни иккинчисига нисбатан юқорироқ
температурада олиб борилади. Шу сабабли тайёр маҳсулот
бир оз ғовак бўлиб сув шимишга мойил бўлади.

Шиша олиш технологиясида ҳам хомашё сифатида тар-
киби кремний (IV) оксидига туғри келадиган қум, кальций
оксиди бўлган оҳақтош, мрамар ёки бор, таркибида натрий
ёки калий оксиди бўлган сода ёки поташ ишлатилади.

Шишаларга ранг беришда эса араланимга титан (IV)
оксиди, неодим (III) оксиди, церий (IV) оксиди ва шун-
га ухшаш реактивлар қўйилади. Қум ва бошқа моддалар
шишаларнинг рангини бузувчи темир бирикмаларидан
кимёвий усуллар ёки магнитли сепараторлар ёрдамида то-
заланади. Сунгра материаллар ажратиб олиниб, махсус ка-
мерали қуритгичларда қуритилади, элакларда эланади,
автоматлашган тарозида тортилади, «Эйрих» деб аталади-
ган машинада қориштирилади ва прессларда брикетлана-
ди. Шундан кейин улар электр токи билан ишловчи транс-
портларда горшокли, протокли ёки протоксиз ванна печ-
чига туширилади. Печь ичидаги температура газ ёки мазутни
ёқиб, электр токини электродларга узатиш орқали ҳосил
қилинади (1670—1770 К бўлади). Бир неча соатдан сунг
юқори температурани шиша «бутка»си турли-туман ма-
шиналар ёрдамида қолипларга солиниб ишлов берилади.
Стакан, қалаҳ, ваза, гулдон ва бошқа буюмлар қолипдан
чиқарилгач, аста-секин совитилади. Бу жараёнларда ши-
шанинг ички қучланиши секинлик билан йўқола боради.

Шундан кейин шиша бадийи цехга юборилиб, унга нақш ёки расм чизилади ёхуд тўғридан-тўғри сайқаллаш станокларига йўл олади.

Шишаларга сайқал бериш ва ялтиратиш жараёни асосан ШПС-73, МПС-1000 станокларида бажарилади. Абразив материал сифатида кичик ўлчамли кум, корунд, наждак, олмос, пемза ва ҳоказолардан, ялтиратиш учун эса жуда майда бўлган крокус, полирит каби кукунларнинг суспензиясидан фойдаланилади. Станокнинг сайқаллаш диски — чўяндан, ялтиратиш диски эса жун вайлокдан тайёрланади.

Ишлов беришда ҳар хил концентрацияли кислоталар ишлатилади. Масалан, биллур шишалари полировка қилинганда 40 % ли плавик кислота билан 96—98 % ли сульфат кислотадан фойдаланиш мумкин. Кимёвий ёки механик ялтиратиш жараёнидан кейин маҳсулот ялтираб, жилваланиб туради. Шундан сўнг маҳсулотлар жойлаш бўлимига, у ердан эса тайёр шиша буюмлар омборига жўнатилади.

Биз бу ерда шиша (ойна) тахтаси технологиясига яқин шиша олиш усулини баён қилдик. Шишанинг бир туридан иккинчи турига ўтилганда ушбу схема қисман ўзгариши мумкин. Масалан, оптика шишасини олишда маҳсулот бир марта эмас, балки икки марта узоқ муддатда (50—70 соатлаб) отжиг (кучланишни йўқотиш жараёни) қилиниб, кучланишлардан холи қилишни эслатиб ўтиш бизнингча кифоя. Таркиби натрийли силикат ёки калийли силикатдан ташкил топган ва паст температурада пишувчи шишаларни ишлаб чиқаришда эса отжиг жараёнини қўллашга ўрин йўқ. Ёки идиш (тара) мақсадларида олинadиган уч ёки тўрт компонентли шишаларда механикавий, кимёвий ёки бадийи ишлов бериш жараёнининг бутунлай йўқлиги ҳам юқоридаги фикримизни тўда тасдиқлайди. Шиша-кристалл маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳам отжиг орқали кучланишни йўқотиш жараёнига ўрин йўқ.

4-§. Қурилиш ғишти технологияси

Қурилиш керамикаси маҳсулотлари. Қурилиш керамикаси материаллари ва буюмлари қаторига йирик ва майда донали керамика массалари асосида олинган, уй-жой, саноат корхоналари, турли муҳандислик иншоотлари, йўллар, сув ва канализация тармоқлари қурилишида ишла-

тиладиган моддалар кирази. Улар яна фан ва техника, боғ ва парклар, турли-туман соҳалар учун хизмат қилувчи иншоотлар қурилишида ҳам кенг қўлланилади.

Қурилиш керамикаси буюмлари технологик хусусиятларига қўра иккита катта гурппага бўлинади. Биринчи — «А» гурппага сув ютувчанлиги 7 % дан кам бўлган керамика буюмлари, иккинчи — «Б» гурппага эса сув ютувчанлиги 7 % дан кўп бўлган буюмлар кирази.

Қурилиш керамикаси буюмлари 2-§ да кўрсатилганидек анъанавий керамика буюмлари гурппасига мос бўлиб, унинг қаторига саноат ва граждан қурилишида кенг қўлланиладиган қуйидаги буюмлар кирази:

— деворбоп керамика материаллари — оддий қурилиш ғишти ва бошқалар;

— томбоп керамика материаллари — черепица;

— ташқи юза керамикаси материаллари — юзали тош ва ғиштар, облицовка учун ишлатилувчи плиткалар, архитектура-санъат буюмлари, печ учун ишлатилувчи изразии (қурилма деворига қоплаш учун ишлатиладиган, чиннига ухшатиб ишланган, рангли, нақшли йилтироқ қошн ёки ғишт плитка)лар.

— ички пардозлаш материаллари — фаянсли сирланган плиткалар, пол учун ишлатилувчи плиткалар, изразии ва бошқалар;

— эффектив ғовак тўлдиргичлар — керамзит, перлит, аглопорит, гравий ва бошқалар;

— санитария-техника буюмлари — ванналар, раковиналар, умивальниклар, унитазлар ва бошқалар;

— керамикадан ясалган қувурлар — канализация ва дренаж мақсадларида ишлатилувчи буюмлар.

Қурилиш керамикаси буюмлари, асосан қуйдириб олинadиган буюмлар бўлиб, ғовакли (деворбоп материаллар, архитектура пардозлаш керамикаси, декоратив керамика, черепица, иссиқлик изоляцияси ва бошқалар) ва тош-керамика буюмлари (клинкерли ғишт, канализация қувури, кислотага чидамли қувур ва буюмлар, пол учун ишлатиладиган плитка ва бошқалар) га ажралади.

Қурилиш керамикаси буюмлари орасида деворбоп керамика, дренаж қувурлари ва черепица алоҳида ўрин эгаллайди. Улар кўп тоннажи буюмлар классига мансуб бўлиб, ҳар бир шаҳар ва ҳар бир қишлоқда кўп миқдорда ишлаб чиқарилади ва қурувчиларга узатилади.

Деворбоп керамика буюми қаторига оддий тувроқдан ясалган гишт, тувроқдан ясалган кавакли гишт, ярим қуруқ усули бўйича прессланган ковакли гишт, усти қоиланган керамика гишти ва тошлари, вазни енгил қурилиш гишти, ковакли деворбоп керамика тошлари, блоклар, юзали блоклар, сирланган деворбоп керамика, ангоб юритилган деворбоп керамика, керамзит асосида олинган керамика блоклари ва бошқалар кирази.

Томбоп материаллар (шифер, темир тунука ва бошқалар) орасида керамикадан ясалган черепица муҳим материал ҳисобланади. Шифер вақт ўтиши билан дарз кетади ва синади, темир тунука ҳар йили суриш учун бўёқ талаб қилади. Аммо тувроқ асосида ясалган черепица 100 йил ва ундан кўп хизмат қилади.

Дренаж учун ишлатилувчи керамика қувурларининг ҳам аҳамияти катта. Улар ботқоқ ерларни қуриштида муҳим роль ўйнайди. Ишлаб чиқаришда узунлиги 3330 ва 5000 мм, диаметри эса 125 мм, сув ютувчанлиги 18% дан ошиқ бўлмаган, кислотага чидамлилиги 84% дан кам бўлмаган турлари кўплаб ишлаб чиқарилади.

Қурилишнинг қадимий материалли. Табиғатда нихоятда кўп қиммий бирикмалар ва маҳсулотлар борки, уларга шунчалар кўникиб қолганмизки, ҳатто ҳаётимизда тутган ўринлари ҳақида кўпинча ўйлаб ҳам кўрмаймиз. Ана шундай оддий, лекин жамиятимиз тараққиетидаги ўрнини тасаввур этиб бўлмайдиган ёғоч, кўмир, цемент, шиша ва чинни каби қиммий маҳсулотлар қаторига гишт ҳам кирази. Қурувчилар гишт билан цемент эритмасини «қурилиш нони» деб аташларининг боиси ҳам ана шунда. Қурилиш керамикаси маҳсулотлари ичида ҳам тувроқ асосида ясалган қурилиш гишти муҳим ўрин эгаллайди.

Оддий маҳсулот ҳисобланмиш гиштининг қиммати нимада? Бу саволга жавоб бермоқ учун мамлакатимизнинг тапқи қиёфасини Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Хива каби қадимий ва навқирон гузал шаҳарларни ҳаётимизни безаб турган қулай, шинам ва кўркем тураржой биноларисиз тасаввур қила олмастимиз эса олиш кифоя.

Гишт ҳақида нималарни биласиз? Гиштининг қаттиқ анорганик модда эканлиги, пишиқлиги, совуқ ва иссиқни яхши ўтказмаслиги, қиммий моддалар билан актив реакцияга киришмаслиги маълум. Гишдан яхлит панель ва блоклар ясаиш мумкинлиги ҳам аниқланган.

Ҳозир гиштининг ўта пишиқлик, изолятор ва яримутказувчанлик, радиация ва ҳар хил муҳитга чидамлилиги, серговаклик, иссиқликни кам ўтказиш, товушни ютувчанлик сингари хусусиятлари аниқлашиб, улардан техника мақсадларида фойдаланилмоқда.

Гишт ишлаб чиқаришнинг ўзлаштирилиши. Сунъий гиштни ким яратган? Бу саволга аниқ жавоб бериш амримаҳол.

Тарих саҳифаларида хом гишт илк марта кўхна Шарқ мамлакатларида қурилиш мақсадларида ишлатилган деган тахминлар бор. Бундай тахминлар асосида ҳақиқат етади. Шарқ мамлакатларида ўрмонларнинг камлиги, иқлимнинг йил бўйи иссиқ ва қуруқ келиши иншоотлар қурилишида хом гишларнинг қўлланилишига сабаб бўлган бўлса ажаб эмас. Бундай гишлардан ясалган уй-жойлар ва иншоотлар ҳозирги кунда ҳам кўплаб учраб туради.

Офтобда қуририлган гишт Ўрта Осиё шаҳарлари қурилишида учраб туради. Термиз, Қарши, Бухоро, Қизил-Арват каби шаҳарларда бундай гишдан кўплаб уй-жойлар қурилган. Бундай уйлар намликдан деворнинг пастки қисмида юқори цоколь ва сифатли гидроизоляция қурилмалари ўрнатилганлиги сабабли йиллар давомида ўз хосса ва хусусиятларини сақлаб келмоқда. Бундай гишлар таннархи куйдирилган гишлар таннархига нисбатан 3—4 баробар арзон, термоизоляция қобиляти эса ўта юксак. Шу сабабли ундан бир қаватли уйларнинг қурилишида фойдаланиш масаласи ҳозирги куннинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда.

Хом гишдан қурилган бино ва иншоотлар камчиликлардан холи эмас, албатта. Хом гишдан қурилган уйлар сувоқ қилишни талаб қилади. Хом гишт зилзила, сув тошқини, довул, жала каби табиий офатлар олдида ожиз.

Гиштсозлик Ўрта Осиё, жумладан, бизнинг серқуёш республикамизда қай тарзда ривожланган деган ҳаққоний савол туғилиши муқаррар. Тарихий ва ашъвий далиллар Ўрта асрларга келиб, бу соҳа у ерда ривожланибгина қолмай, ҳаттоки, Ўрта Осиё дунё гиштсозлигининг маркази бўлганлигидан далолат беради.

Ўрта Осиёлик усталар гишдан Бухоро, Хива ва Самарқандда уй-жой, чойхона, мақбара, зарбхона, масжид, минора, карвонсарой, қалъа, сарой, арк, аслаҳона, устхона, кўшк, ҳаммом каби биноларнинг девор ва пойде-

вори, ҳошияси ва тоқчаси, гумбази ва пештоқи, устунн, айланма зинапоялар ва йулақлар барпо этишган. Жумладан, IX асрнинг охири, X асрнинг бошларида Бухорода бунёд этилган сомонийлар мақбараси, XII асрда қарвон йули четида қурилган, баландлиги 30 метр ва айланаси 17 метрни ташкил этган салобатли Жарқурғон минораси ҳам сифатли пишиқ гиштдан қурилган. Шу хилдаги Урта аср қурилиши ва архитектурасига оид обидалар кўрки, салобати ва нақшинкор маҳобати билан ҳанузгача кишиларни дол қолдириб келмоқда, бетакрор меъморчилигимиз санъати доврўғини олам узра ёймоқда.

XVIII—XIX асрларда гишт ишлаб чиқариш корхоналари сони янада ортди. Шу билан бирга, ишлаб чиқариш жараёни ҳам такомиллашди. XIX асрнинг охири, XX асрнинг бошларида гишт юзасини ҳосил қилувчи муштукнинг кашф этилиши, лойга ишлов берувчи шнекли прессларнинг яратилиши, тупроқни қориб берувчи булғалагичларнинг ўрнатилиши гишт саноатида ҳақиқий техника революциясига олиб келди.

Гишт турлари. Энциклопедияларда гиштга тўғри бурчакли параллелепипед шаклига эга бўлган стандарт ўлчамли минерал материаллардан қуйилган, қуйдириш ёки пар билан ишлов бериш орқали олинadиган сунъий тошга айтилади деб таъриф берилган. Ҳақиқатан ҳам, қурилиш материали сифатида ишлатиладиган гишт (маҳаллий аҳоли уни хом гиштдан ажратиш мақсадида пишиқ гишт деб ҳам атайди) сунъий кимёвий материал бўлиб, бўйи 250, эни 120 ва қалинлиги 65 мм, оғирлиги 4 килограмм қилиб тайёрланади. Бир ярим ёки модуль гишт деб аталувчи гишт турида эса параллелепипед қалинлиги 88 мм ни ташкил этади. Ишлаб чиқарилган маҳсулот ўзининг сиқилишга чидамлиги билан 75, 100, 125, 150, 200, 250 ва 300 номли маркаларга бўлинади. Бу рақамлар гиштнинг 1 квадрат сантиметр юзасига тўғри келадиган килограммда берилган юкнинг миқдорини белгилайди. Қурилиш гишти 6—14 % сув ютиш, ун беш марта кетма-кет такрорланадиган минус 15 ва плюс 20 даража ораллиғида узгарган муҳитга чидамли бўлиши керак. Унинг 1 куб метр ҳажми оғирлиги 1450 килограммдан кам эмас.

Қурилиш гишти физик-кимёвий жиҳатдан кальций, магний, алюминий, темир силикати сингари тузлар

ва кремний (IV) оксиди асосида қотирилган суюқликнинг эвтектик қотишмасидан иборат. Температура 1200—1300° бўлганда у бутунлай эриб кетади ва шишасимон моддага айланиб қолади.

Юзали гиштлар ҳам худди олдий гишт ўлчамларида ишлаб чиқарилади, лекин уларнинг юзаси кейинчалик эритма билан сувалгани учун яхши куйган, ташқи қўриниши текис ва зич бўлиши керак. Бу гиштлар архитектура аҳамиятига эга бўлган иморатларнинг пештоқини безашда қўлланилгани учун унинг юзаси юпқа қават яхши пишалиган оқ тупроқ ёки сир (паст температурала тез пишадиган оқ гил-тупроқ ёки сир сопол ва чинни идишларга суркаладиган силикат асосли суюқлик), ангобалар билан қопланган. Бундай гиштлар билан Бухородаги Сомонийлар мақбараси, Андижондаги Жомий масжиди, Алишёр Навоий номидаги Академик опера ва балет театрининг ташқи девори безалган. Уларнинг нақадар кўркемлигига бир назар солиб кўринг. Қўпишча бундай гиштларни қолипларда қуйиш вақтида унга механик усул билан жўяк босилиб, шакл ҳосил қилинади, рангли кимёвий бирикма қўйилади.

Юзали гишт сифатли лёсс ва каолин тупроғига турли аралашмалар, жумладан шишасимон модда қўшилиш орқали олинади. Юқори температура 1100 даража атрофида узаро бирикиш ва кристалланиш жараёнлари зудлик билан рўй берганлиги сабабли тиниқ, силлиқ юза ҳосил бўлади.

Гишт деганда яна унинг изоляция мақсадларида ишлатиладиган энгил вазнли, ғовак, ичи ковак ва ғовак — ичи ковакли турлари ҳам тушунилади. Бу гиштлар ҳажм оғирлигини камайтириш ва иссиқликни изоляция қилиш хоссаларини кучайтириш мақсадида олиб борилган изла-нишлар натижасида бунёдга келди. Ниҳоятда энгил (ҳатто улар сувда ҳам чўкмайди) бўлган бу хилдаги энгил вазнли гиштларнинг 1 тоннасини пар қозонлари, турбина, печь ва иссиқлик узатиш қувурларини қуришда ишлатиш натижасида халқ ҳўжалигида бир агрегатга ҳисоблаганда бир йилда 200 тонна атрофида иссиқликни тежашга имкон беради. Техника воситалари орасида ғовакли гиштга тенг келадиган, ёнмайдиган, иссиқликни тежаш коэффициентини 95—97 % га еталадиган бошқа қурилиш матери-алини топиш амримаҳол. Яна унинг акустик хўсусиятларини айтмайсизми? Ғовакли гиштда товуш ютиш ва товуш-ни изоляция қилиш аъло даражада.

Серговак ғиштларнинг минералогик таркиби худди оддий қурилиш ғиштининг таркибига айнан ўхшаш, аммо танала сферик шаклдаги жуда майда микроскопик бушлықчаларнинг булганлиги уларнинг 1 метр³ ҳажмиг оғирликларини 600—1450 килограммгача тушиб қолишига сабабчидир. Албатта, ҳар бир ғиштининг оғирлиги 4 килограммдан анча кам бўлади.

Ичи ковак ғиштлар 12, 16, 19, 24, 31, 65, 105 тешикли қилиб чиқарилади. Тешикларнинг қўпчилиги қараб ғиштарнинг оғирлиги 2,5 килограммгача камаяди, иссиқликни сақлаш хусусияти эса ортади, аммо сиқилишга чидамлилиги камаяди. Шунинг учун ҳам ичи ковак ғиштларни ишлаб чиқариш жараёнида унинг маркасини кескин пасайишига йўл қўймаслик даркор.

Кейинги йилларда ғиштининг серговак ва ичи ковак турлари ўрнига серговак — ичи ковакли ғишт тури қўплаб ишлаб чиқарилмоқда. Бу эффектив ғишт тури массага куювчи қўшимчалар (майда кўмир, қипиқ) ва ғишт қолипларга махсус кернлар қўйиш орқали амалга оширилмоқда.

Ғиштининг турлари кўп. Шулардан бири кислотага чидамли ғишдир. Фазаги таркиби асосан муллит ва кварц минералларидан ташкил топган бундай ғиштларнинг маркази 200 дан, кислоталарга чидамлилиги 94 % дан кам бўлмаслиги унинг асосий хоссаларидандир.

Мамлакатимизда яратилган ва қурилишда кенг фойдаланиладиган яна бир ғишт бор. У ҳам бўлса кварц ва оҳак асосида олинган ва формуласи кальцийли гидросиликатдан ташкил топган силикат ғишдир. Оқ рангли силикат ғишти мамлакатимизда 75, 100, 125 ва 150 маркаларида чиқарилади. Уларга 0,1—3 % атрофида бўёқ қўшиб, хоҳлаган рангдаги ғиштни олиш мумкин.

Қурилиш ғишти тушунчаси кўпинча уй-жой қурилиши материали сифатида талқин этилади. Аммо бу тушунчани техникада ишлатилувчи қурилиш материалига ҳам тааллуқли деб ҳисобланса катта хатога йўл қўйилмайди. Таркиби асосан муллит, циркономуллит, кварц, шпинел, хромомангезит, корунд каби минераллардан ташкил топган ва ўтга чидамли материал номи билан аталган ғишт тури жуда юқори температурада ҳам ўз хоссаларини йўқотмайди. Бунда ғиштининг эриш нуқтаси албатта 1580° дан юқори, оғирлик таъсиридаги деформация нуқтаси эса 1500°

атрофида бўлади. Ўтга чидамли ғиштлар ўлчами қурилиш ғишти қолипига ўхшаш бўлсада, аммо мутақамликда танҳоқодир. Уларнинг 1 квадрат сантиметрига тенг юзаси 1 тонна ва ундан оғирроқ юк билан сиқилганида ҳам ўз шаклини йўқотмайди.

Ўтга чидамли ғишт ўз навбатида 8 та катта гурпуага бўлинади. Булар кремнезём (динас ва кварц), алюмосиликат (яримнордон, шамот ва кўпглиназёмли), мангезиал (мангезит, доломит, форстерит ва шпинел), хром (хромит, хроммангезит ва мангезитхромли), цирконий (циркон ва цирконий асосли), карбон (кокс ва графит), оксид ва кислородсиз ўтга чидамли моддалар гурппаларидир. Шунингдек, бу материаллар температурага чидамлилиги (1580—1770°) ва ўтга чидамлилиги (2000° дан юқори), шаклига қараб «туғри» ва «клилли» ғишт каби турларга бўлинади.

Умуман олганда, ғишт деганда қурилиш, ўтга чидамли ва техника ғишти тушунилади. У аввалдан архитектура ва қурилиш билан боғлиқ бўлиб, унда фан ва технология, санъат ва эстетика ўз ифодасини топган.

Ғишт қандай тайёрланади ва ниширилади. Ғиштининг кимёвий таркиби қандай ва қайси компонентлар асосида олинади? Оддий қурилиш ғиштини ясаш учун аввало лёсс номи билан аталувчи ва таркибида 50 % кварц, 10 % глинозём, 15 % кальций ва магний оксидлари, 5 % ишқор ва темир оксидлари ва нҳоят 15 % сув ва ангидрид газидан иборат тупроқ ишлатилади. Бу тупроқнинг эриш температураси 1150—1180° га тенг бўлиб, тошга айланиш температураси 1050—1100° атрофидадир.

Енгил вазнли изоляция ғиштини олишда лёсс, сланецли тупроқ, диатомит, трепел каби пластик моддалар, базальт, гранит, диабаз, трахит каби тоғ жинслари ёки домна тошқоли, иссиқлик электростанцияларининг куллари каби sanoat чикиндиларидан фойдаланилади. Махсуслот вазнида атом ва молекулалар зичлигини камайтириш мақсадида эса газ, кўпик, утин, торф, қамиш, хашак, алюминат упаси, канифоль, совун, водород пероксид кабилар массага қўшилади.

Серговак ва серговак-ичи ковакли ғиштлар массага пишиш температурасини камайтирувчи кўм ёхуд қипиқ ёки кўл ва кўмир қўйиш орқали олинади. Гранулометрия

таркиби асосан 0,05—0,005 мм дан иборат булган лёссларга дарахт чиқиндиси ёки майдаланган кўмир қўшилади.

Ичи ковак гишт юқорида қайд қилганимиздек уваланишга мойил, сиқилишга эса чидамсиздир. Бу камчиликларни уларга кучли пластик моддалар қўшиш орқалигига бартараф этиш мумкин. Тошкент Кимё-технология институти «Силикат материаллар технологияси» кафедраси олимларининг фикрича, бу мақсалларда 10—15 % миқдорда Келес бентонити ёки Ангрен каолинитини лёссга қўшиш мақсадга мувофиқ.

Гиштнинг силикат гишти деб аталувчи турини ишлаб чиқаришда эса оҳактош ва кўм ишлатилади. Ишлатилаётган кварц кўмда кремний (IV) оксидининг миқдори 90 % дан кам бўлмаслиги, оҳак эса туйинмаган ва сўнмаган бўлиши керак. 90—93 % кўм ва 7—10 % миқдорда оҳак аралаштирилгандан сўнг оҳак барабан ёки силосхоналарда сув ёрламида сундирилади.


Ўтга чидамли ва юзали гишглarning олинимида асосан таркибида алюминий оксиди кўп бўлган ва кимёвий формуласи гидроалюмосиликатга тўғри келган оқ каолин тупроғи ҳамда тоғ жинсларининг барча турлари қўлланилади. Масалан, шамот гишт номли ўтга чидамли материалнинг олинимида ишлатиладиган тупроқнинг температурага чидамлиги 1580° дан, ундаги алюминий (III) оксидининг миқдори эса 28 % дан кам бўлмаслиги керак.

Гишт ишлаб чиқариш жараёни мураккаб бўлиб, у бир қанча босқичларни ўз ичига олади. Қуйида берилаётган оддий ва унумди гишт ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси бу ҳақда тушунча ҳосил бўлишига ёрдам беради (1-расм).

Гишт ишлаб чиқариш керакли хомашё манбалари бор ерларда амалга оширилади ва иш хомашёни бир ёки кўп чўмичли экскаваторлар ёрдамида қазиб олишдан бошланади. Сўнгра тупроқ 12 ёки ундан ҳам кўп юк кўтаралдиган КрАЗ, БелАЗ маркали автосамосвалларда тупроқ сақлаш омборига жўнатилади ва сақланади.

Хомашёни майдалаш жараёни гишт ишлаб чиқариш технологиясининг энг аҳамиятли жараёнидан биридир. Гишт корхоналарида бу жараён тошажраткич ва силлиқ валли машина (булгалагичлар) ёрдамида бажарилади.

150—200 мм ўлчамли бўлакчалар тошажраткич цилиндрларида 12 мм гача, силлиқ валларда эса 3—4 мм гача

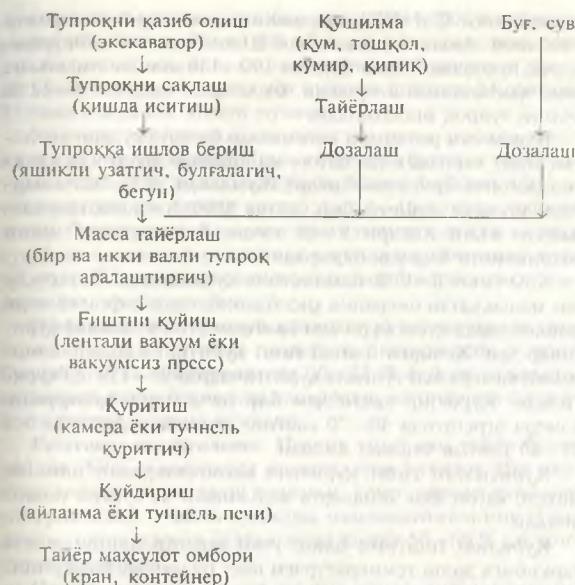

1-расм. Қурилиш гишти ишлаб чиқаришнинг технологик тизими.

майдаланади. Механик аралаштиргичлар ёрдамида тупроққа қўшимча моддалар ва сув қўшилади. Саноатда кенг тарқалган СМ-447А аралаштиргичда бир соат давомида 18 м³ моддани қўшиш ва намлаш мумкин. Намликнинг массада бир текисда тарқалиши, тупроқнинг тез буқиши учун сув ўрнида 0,5—0,7 атмосферали буғ ишлатилса яхши натижалар бериши мумкин. Технологларнинг фикрича, 1000 дона гиштга 100—150 кг буғ сарфлаш гишт маркасининг ҳеч бўлмаганда 25 килограммга ошишини таъминлайди.

18—23 % намликдаги гишт массаси ва вакуумсиз ётиқ лента прессларда 2—5 кг/см² ли босим остида қолипларга қуйилади. Ватанимизда кенг тарқалган, 420—700 мм симоб устунига тенг вакуумли ва 100 квт ток кучи ёрдамида

таркиби асосан 0,05—0,005 мм дан иборат бўлган лёссларга дарахт чиқиндиси ёки майдаланган кўмир қўшилади.

Ичи ковак гишт юқорида қайд қилганимиздек уваланишга мойил, сиқилишга эса чидамсиздир. Бу камчиликларни уларга кучли пластик моддалар қўшиш орқалигина бартараф этиш мумкин. Тошкент Кимё-технология институти «Силикат материаллар технологияси» кафедраси олимларининг фикрича, бу мақсадларда 10—15 % миқдорда Келес бентонити ёки Ангрен каолинитини лёссга қўшиш мақсадга мувофиқ.

Гиштининг силикат гишти деб аталувчи турини ишлаб чиқаришда эса оҳактош ва кўм ишлатилди. Ишлатилаётган кварц кўмида кремний (IV) оксидининг миқдори 90 % дан кам бўлмаслиги, оҳак эса тўйинмаган ва сўнмаган бўлиши керак. 90—93 % кўм ва 7—10 % миқдорда оҳак аралаштирилгандан сўнг оҳак барабан ёки силосхоналарда сув ёрдамида сундирилади.


Ўтга чидамли ва юзали гиштларнинг олинишида асосан таркибида алюминий оксиди кўп бўлган ва кимёвий формуласи гидроалюмосиликатга тўғри келган оқ каолин тупроғи ҳамда тоғ жинсларининг барча турлари қўлланилади. Масалан, шамот гишт номли ўтга чидамли материалнинг олинишида ишлатиладиган тупроқнинг температурага чидамлилиги 1580° дан, ундаги алюминий (III) оксидининг миқдори эса 28 % дан кам бўлмаслиги керак.

Гишт ишлаб чиқариш жараёни мураккаб бўлиб, у бир қанча босқичларни ўз ичига олади. Қуйида берилаётган оддий ва унумли гишт ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси бу ҳақда тушунча ҳосил бўлишига ёрдам беради (1-расм).

Гишт ишлаб чиқариш керакли хомашё манбалари бор ерларда амалга оширилади ва иш хомашёни бир ёки кўп чўмичли экскаваторлар ёрдамида қазиб олишдан бошланади. Сўнгра тупроқ 12 ёки ушдан ҳам кўп юк қутарадиган КраЗ. БелАЗ маркали автосамосвалларда тупроқ сақлаш омборига жунатилади ва сақланади.

Хомашёни майдалаш жараёни гишт ишлаб чиқариш технологиясининг энг аҳамиятли жараёнидан биридир. Гишт корхоналарида бу жараён тошажраткич ва силлиқ валли машина (булғалагичлар) ёрдамида бажарилади.

150—200 мм ўлчамли бўлакчалар тошажраткич цилиндрларида 12 мм гача, силлиқ валларда эса 3—4 мм гача

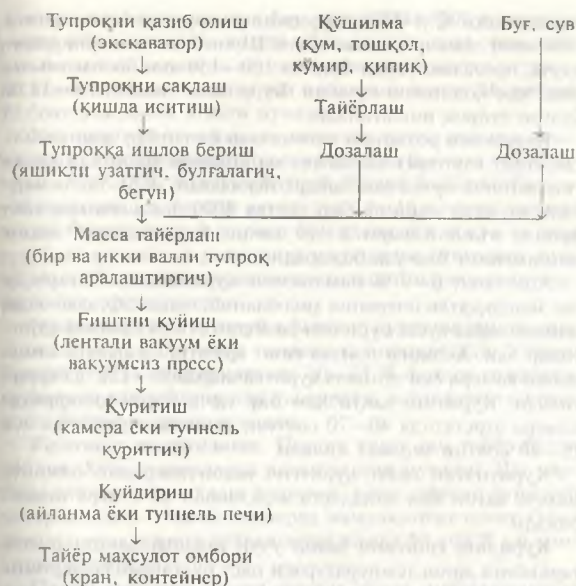

1- расм. Қурилиш гишти ишлаб чиқаришнинг технологик тизими.

майдаланади. Механик аралаштиргичлар ёрдамида тупроққа қўшимча моддалар ва сув қўшилади. Саноатда кенг тарқалган СМ-447А аралаштиргичда бир соат давомида 18 м³ моддани қўшиш ва намлаш мумкин. Намликнинг массада бир текисда тарқалиши, тупроқнинг тез бўкиши учун сув ўрнида 0,5—0,7 атмосферали буг ишлатилса яхши натижалар бериши мумкин. Технологларнинг фикрича, 1000 дона гиштга 100—150 кг буг сарфлаш гишт маркасининг ҳеч бўлмаганда 25 килограммга ошишини таъминлайди.

18—23 % намликдаги гишт массаси ва вакуумсиз ётиқ лента прессларда 2—5 кг/см² ли босим остида қолипларга қуйилади. Ватанимизда кенг тарқалган, 420—700 мм симоб устунига тенг вакуумли ва 100 квт ток кучи ёрдамида

ишлайдиган СМ-443А прессининг унумдорлиги соатига 5000 минг донани ташкил этади. Шунингдек, гиштни ярим-қуруқ пресслаш усули бўйича 100—150 атм босим таъсирида ҳам қолиплаш мумкин. Бу ҳолатда намлиги 8—12 % бўлган тупроқ ишлатилади.

Нурли ёки ротацион автоматлар билан брусдан кесилган гишт «автомат-тахлагич» машиналар ёрдамида қуриш вагончаларига жойланади. Жумладан, «СМ-562А» маркали шундай машина бир соатда 8000 дона гиштни тахлайди, яъни илгари 8—10 киши бажарадиган ишни машинанинг бир ўзи бажаради.

Хом гишт 6—9 % намликкача қурилади. Илгари бу энг машаққатли операция ҳисобланиб, гишт ҳафталаб очик майдонларда қуёш нури ёки ёнаётган ўтин ёрдамида қуришлар эди. Ҳозирги пайтда гишт қуришни жараёни замонавий камера ёки туннель қуригичларда 90—120° да қурилади. Қуриш вақти ҳам бир неча марта қисқаради: камера агрегатида 40—70 соатни, туннель агрегатида эса 15—40 соатни ташкил қилади.

Қурилган гишт қуригич вагончаларидан олиниб, махсус вагон ёки хоналарга жойланади ва сунгра пиширилади.

Қурилиш гиштини олиш учун ишлатиладиган шихта таркибига эриш температураси паст бўлган моддаларнинг қиришига қарамасдан хом гиштининг пишиши ва қаттиқ тошга айланиш температураси ҳали ҳам юқорилигича (900—1100° атрофида) қолмоқда. Шунинг учун гиштлар махсус ўтдонда, яъни айланма (ҳалқасимон, ичида айланма йуллари бўлган) ва туннель печларида қуйдирилади ёки уларга автоклавларда пар билан ишлов берилди. Ўтга чидамли гишт таркибига эриши қийин бўлган каолин тупроғи, температурага чидамли тоғ ва сунъий жинслар кирганлиги сабабли, улар қуйдирилатганда температура анча юқори (1350—1500° атрофида) бўлади ва улар асосан туннель печларида тайёрланади.

Ҳозирги замонавий гишт қуйдириш печлари гигант иншоотлардан бири бўлиб, унинг майдони ўн, ҳатто юз м² ни ташкил қилади. Мисол тариқасида айланма (ҳалқасимон) печнинг ҳажми 950, туннель печнинг ҳажми 315—440 м³ ни ташкил қилишини эслатиб ўтиш кифоя. Бу печлар электр токи, газ ёки мазут орқали иситилади. Бундай

печларнинг 1 м³ ҳажмидан бир ойда 1500—5000 дона гишт пишириб олинади. Битта 100 м³ ҳажми ташкил этган печдан йилга олинладиган гишт маҳсулоти 25 миллион донани ташкил этади. Гиштларни қуйдириш вақти 24 соатдан 72 соатгача давом этиши мумкин.

Ҳозирги пайтда силикат гиштлар катта ҳажми автоклавларда пиширилади. Ишлов беришда буғнинг температураси 150—200° атрофида бўлиб, босим 7—8 атм. ни, автоклавда ишлов бериш вақти эса 14—16 соатни ташкил этади. Фақат шундай шароит яратилгандагина қум ва оҳак сув билан кимёвий реакцияга киришади, гиштининг муштаҳкамлигини таъминловчи монокальцийгидросиликат минералини ҳосил қилади.

Эффектив гишт турлари ҳам худди қурилиш гишти сингари айланма ва туннель печларида пиширилади. Уларни бундай усулда қуйдирилганда 20—25 % ёқилғи тежалли, қуйдириш вақти бирмунча қисқаради, вагонларни силжиги кетган энергия камаяди.

Гиштининг ишлатилиши. Пишиқ гишт ҳам тайёр бўлди дейлик. Ҳўш, у қарларда ишлатилиши мумкин. Шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, гишт, аввало қурилиш материалдир. У айни кунларда мамлакатимизнинг қурилиш материалларига бўлган эҳтиёжнинг 50—60 % ни қондириб келмоқда.

Оддий қурилиш гишти иморат ҳамда иншоотларнинг деворлари ва бошқа қисмларга ишлатилса, юзаси силлиқланган гишт иморатларнинг ташқи юзасини пардозлашда; махсус гиштлар эса завод ва фабрика қувурлари, канализация ва йўл иншоотлари қурилишида; ўтга чидамли хиллари юқори температурали қурилмаларни бунёд этишда, хусусан цемент, гипс, керамика ва шиша пишириш печларини қуришда ишлатилади.

Оддий қурилиш гиштининг асосий камчилиги унда иссиқлик ўтказиш коэффициентининг бир оз юқорилигидир. Шу боисдан иморатларнинг ташқи девори катта қалинликда қурилади, ҳолбуки, муштаҳкамлик нуқтаи назардан уларни ингичкароқ қилиб қуриш ҳам мумкин. Бу эса ўз навбатида гишт массаси, қолаверса эритманинг қўп сарфланишига олиб келади. Шунинг учун олим ва инженерлар бу борада катта изланишлар олиб бормоқдалар. Хусусан, А. Больцманнинг ихтиросини такомиллаштириш

натижасида гиштнинг «Ички қисми бўш», «Ковакли», «Беш деворли гишт» сингари турлари яратилди. Бундай 1 м³ га 1000—1400 кг оғирлик туғри келувчи гишлар тураржой биноларини қуришда кўплаб ишлатилмоқда. Уларни қўллаш иморат ишчи кучининг 25 % га қисқаришига, яъни уни ташишга кетувчи маблағнинг камроқ сарф бўлишига олиб келади.

Силикат гиштнинг таннархи оддий пишиқ гиштнинг таннархидан арзон. Аммо унинг шакли туғри, юзаси текис, ранги тиниқ. Бу факторлар қурилиш жараёнида деворларга гишт қўйишни тезлаштиради. деворнинг кўркам ва сифатли бўлишига олиб келади.

Маълумки, оғир саноат ривожининг асоси бўлган чуян ва пўлатни эритишда гиштсозларнинг хизмати катта. Гишт чуян ва пўлат эритувчи домна, мартен, кислородли конвертор печларининг ички қисмини қоплаш учун ишлатилади. Шунингдек, улардан пўлатни узлуксиз қўйиш қурилмаларининг кавш, стакан, пробка (тиқин) ва втулкалари, регенераторларнинг насадқалари (печларнинг қувурдан чиқиб кетаётган иссиқлик, газ ёхуд тутундан фойдаланиб печга ҳавони иситиб берувчи қисми), қора ва рангли металллар учун тигеллар (металл эритиш ёки бирор металлни юқори температурада тоблаб олиш учун утга чидамли гил-ватадан қилинган қозон) тайёрланади.

Бундай мақсадда ишлатилувчи аксарият материаллар агрессив муҳит таъсирига нисбатан чидамли бўлади. Мисол тариқасида шунга айтиш мумкинки, углеродли блоклар билан футеровка қилинган домна кўраси, яъни металл эритилган печнинг ичига қўпланган утга чидамли материал 2000° дан юқори температурала 7—8 йил мобайнида узлуксиз ишлаши мумкин.

Гишт кимё саноатида ҳам кенг қўлланилмоқда. У алюминий, магний, кўрғошин, кальций карбид, фосфор, темир қотишмаларини эритиш печлари, циклонлар, қувур узатгич (узоқ масофага газ, пар ва суюқлик узатиш) ва чаңг тушлаш аппаратларини қуриш, қаттиқ ёқилғида ишловчи буг қозонларининг юзини қоплашда ишлатилади.

1950 йилдан кейин утга чидамли гишларнинг янги — техникада қўллани шуръати янала тезлашди. Ракета, реактив двигатель ҳамда газ турбиналарининг мустаҳкамлиги ва эрозияга чидамлилигини таъминловчи кремний карбиди, молибден дисилиди сингари кимёвий бирикмалар билан қопланган қисми углеродли материаллар билан

футеровка қилинмоқда. Шунга ўхшаш маҳсулотлар реакторларда нейтронлар ҳаракатини секинлаштириш, преслаш печларининг исувчи формалари родини бажариш, вакуум техникада иссиқликни изоляция қилиш каби ишларни бажаришга ёрдам беради. Умуман, гишт жуда кўп имкониятларга эга бўлган материалдир.

5- §. Сопол буюмлар ишлаб чиқариш технологияси

Нафис керамика маҳсулотлари. Табиий лойтупроққа кварц, дала шпати ёки бур қўшиш билан ҳосил қилинган маълум даражадаги намликка эга бирикмаларни қўлипга солиб ва қўйдириб ҳосил қилинган зич донали тузилишга эга материаллар нафис керамика материаллари деб аталади. Бундай материаллар қаторига биринчи навбатда сопол ва чинни маҳсулотлари кирилади. Сопол ёки фаянс буюмларнинг сув ютувчанлиги 9—21 % бўлса, чиннининг бу кўрсаткичи 0,5—0 % атрофида бўлади. Фаянс ва чинни оралиғида ҳосил бўлган материал яримчинни номи билан аталади. Унинг сув ютувчанлиги 3—7 % дир.

Нафис керамика маҳсулотлари қаторига майолика ҳам кирилади. Бундай буюмлар рангли табиий тупроқлар асосида олинган бўлиб, сирти бўғиқ калийли сир билан қопланган бўлади. XV асрда Италиянинг Фаенца шаҳрида ривож топган майолика туфайли сопол «фаянс» деб илк бор номланди.

Фаянс группасига мансуб бўлган буюмлар уч кичик группача — хўжалик-маиший буюмлар, буюмларнинг юзаларини қоплашда ишлатиладиган керамика кошнлари ва санитария-техника буюмларига ажралади.

Фаянс ёки сопол яримчинни ва чинни маҳсулотлари каби гил, дала шпати ва кварцлардан тайёрланади, аммо хомашёлар нисбати билан фарқланади (4-жадвал).

4-жадвал

Хомашё тури	Массадаги миқдори, %		
	Қаттиқ фаянс	Ярим-чинни	Санитария чинниси
Қўйдирилганда оқарадиган гиллар ва каолинлар	50—55	48—50	45—50
Дала шпати ёки унинг ўрини босувчи хомашёлар	5—10	7—12	18—22
Кварц, кварц куми ёки уларнинг ўринбосарлари	40—50	40—45	30—35

Хомашлар нисбати ҳамда технологик жараендаги фарқлар туфайли уларнинг физик-механик кўрсаткичлари ҳам турлича бўлади (5-жадвал).

5-жадвал

Физик-механик кўрсаткичлар	Қаттиқ фаянс	Ярим- чипси	Санитария чинниси
Сув шимувчанлиги, %	10—12	3—5	0,2—0,5
Ҳажмий оғирлиги, кг/м ³	1920—1960	2000—2200	2250—2300
Сиқилишдаги мустаҳкамлик, МПа	100	150—200	500
Эгилишдаги мустаҳкамлик, МПа	15—30	38—40	70—80

Шундай қилиб нафис керамика маҳсулотларининг илк вакили сопол бўлиб, у жаҳонда кенг тарқатганлиги ва ишлаб чиқариш технологиясининг чиннига нисбатан бироқ соддатиги билан ажралиб туради. Сополдан тайёрланган буюмлар тапасининг ғоваклиги билан ажралиб туради. Унинг синиғи оқ рангли ва ғовакли бўлиб, сирти шаффоф сир қатлами билан қопланган бўлади. Сирланмаса сув ютувчан бўлиб қолади.

Сунъий сопол буюмлари ишлаб чиқаришнинг қисқача тарихи. Сополсозлик қадимий санъат бўлиб, халқ усталари уни асрлар давомида ривожлантириб келмоқдалар. Ундан санъат ва ҳўжалик буюмлари ясалибгина қолмай, у тарихий обидалар, замонавий уй-жойлар, иншоотлар ва хиебонларга чирой бахш этмоқда. Сополсозлик санъати метро станциялари пардозиди ҳам қўлланила бошланди. Жумладан, Тошкент метрополитенининг «Ойбек», «Навоий» ва «Тошкент» станцияларига кириб келган киши узини кўркам қасрга киргандек ҳис этади. Станция устунларидаги кулолчилик намуналарида миллийлик, тарихийлик ва замонавийлик акс этган.

Инсон тупроқдан тайёрланган лойнинг ёпишқоқлиги ва иссиқдан қотишини ўз ҳаётида кўп мартаба синаб кўради. Бу эса ўз навбатида сунъий сопол буюмларининг илк турларини ишлаб чиқаришга олиб келди. Археологик қазилмалардан олинган маълумотларга қараганда, аждодларимиз тош асрининг охири — неолит давридаёқ овқат пишириш, сув ва ичимликларни сақлашда тухумсимон ясси идишлардан фойдаланишган.

Сополсозликнинг пайдо бўлиши ҳўнармандчиликнинг кўпгина турлари қатори инсоннинг кўчманчиликдан

ўтроқлашувга ўтишини таъминловчи омиллардан бири бўлди. Ўтроқлашувлик омили ўз навбатида сополсозликнинг ривожланишида муҳим роль уйнаган.

Сопол идишлар яшашнинг илк бор технологияси, айниқса, милoddан уч минг йил илгари табиий тошдан бронза (мис билан қалай қотишмаси)га ўтиш ва қўрол-аслаҳа, чарх ва қолип сингари сунъий буюмларни инсоният томонидан бронзадан яшаш мумкинлигини кашф этилиши асосида ривожланди. Бу даврда сополнинг сифати, техник ва технологик кўрсаткичлари юқори поғонага кўтарилиб, шакли, безаклари ранг-баранг бўла бошлади.

Милoddа ва милodий I—VII асрларга келиб, халқ ҳўжалиги, савдо-сотиқ ва ҳўнармандчилик янада ривожланди, шулар қатори кулолчилик ҳам ўсди. Бу даврда бозор учун сопол косалар, қадахсимон идишлар кўпайиб ишлаб чиқарилган. Аксарият бу идишларнинг сиртига қизил ёки бошқа рангда кесакдан тайёрланган бўёқ берилар ёхуд нақшланар эди. Идишлар иссиқлик таъсирида узок вақт пиширилиши туфайли уларнинг сифати ошди, шакли ихчамлашди ва хили кўпайди. Бу даврда сополсозлар ўз маҳсулотларини турли хил шакл ва ҳажмда махсус печларда пиширишар эди.

Сополсозлик милodий I—X асрлар Ўзбекистон ҳудудида ғоят юксак тараққиёт даражасига кўтарилади. Хусусан, IV—VI асрлар Оҳангарон водийсининг Апартак ва Номудлиғ районларида тилла, кумуш ва мис конларини узлаштириш билан бир қаторда, каолин тупроғини қазиб олишга киришилди. Маҳаллий кулолсозлар қимматбаҳо хомашё асосида нозик дид билан ишланган сопол лаган, пиёла, коса, сиёҳдон, чироқ ва кўзачаларни ишлаб чиқара бошлади. Уларнинг юзаси қора, кўк, сариқ ва ҳаворанг бўлиб, уларда қуш ва дарахт тасвирлари акс эттирилгани билан ажралиб туради.

Ўлкамиз тарихида ўрта асрларга оид сопол ёдгорликлари ичида Фарғона водийсининг Чуст ва Далварзин, Сурхондарё вилоятининг Сополтепа ва Кучуктепа, Самарқанднинг Афросиёб, Хоразм ва Тошкентнинг ҳўнармандлар яшаган даҳаларидан топилган амалий ашёларни кўпайиб учратиш мумкин. Бундай сопол идишлар узининг лишиқлиги, нақшнинг бетакрорлиги, нафис ишлов берилганлиги билан кишини дол қолдиради. Сопол идишлар АҚШ, Англия, Фран-

ция, Туркия, Греция, Миср музейларида маданиятимизнинг ноёб нусхалари сифатида намоиш этилмоқда.

XIII асрда сополсозлик инқирозга юз тутди. Аммо Те-мурийлар давлатининг пайдо бўлиши ва тараққий этиши натижасида XIV—XVI асрларда сирли сопол буюмларини ишлаб чиқаришга қайта асос солинди.

XX асрга келиб, Ўзбекистонда керамика маҳсулотларининг барча тури, шу жумладан, сополсозликнинг ривожланишига катта эътибор берилди. Республикаимизнинг барча вилоятларида кулолчилик қорхоналари барпо этилди. Фиждувон, Риштон, Хива, Самарқанд, Шаҳрисабз ва Тошкентда мавжуд бўлган ҳунармандчилик устахоналари қайта жиҳозланди ва кенгайтирилди.

Сополнинг турлари. Сополсозлик, юқорида қайд қилинганидек керамика саноатининг бир қисмини ташкил қилади. Сопол ёки сафол лойдан ишланиб, оловда қиздириб тайёрланган керамика маҳсулотларининг энг кўп тарқалган ва тури кўп бўлган маҳсулот.

Сопол қадимда ишлатиладиган тупроқнинг таркибига қараб ишқорли, оҳакли, темирли ва бошқа турларга ажратилган. Тайёр сопол маҳсулотининг рангига қараб ҳам турларга бўлиш одат бўлган. У оч-сарик, қизғиш, кулранг, қуқимтир, қизғиш-жигарранг, қорамтир ва бошқа рангларда тайёрланган.

Қадимий ва замонавий сополсозлик технологиясида ухшашликлар кўп. Ўзбек кулоллари қадим-қадимдан бундай буюмларни таркиби бир жинсли, ранги ҳам бир хил бўлган махсус «сағиз тупроқ»дан ясаган.

Сопол буюмлари ҳам керамика сингари қурилиш ва саноат қурилиши материаллари, техника материаллари ва маиший-ҳўжалик материалларига бўлинади.

Қурилиш ва саноат қурилиши материалларига девор-боп ва безакбоп сопол-қошин ва бошқа буюмлар, канализация учун ишлатиладиган сопол қувурлар, санитария-қурилиш сопол буюмлари қиради. Техника материаллари эса гальваника элементлари қобиғи, кимёвий моддаларга чидамли сопол буюмлари, фильгрловчи ковак сопол, нур техникаси сополи, металл қуйилувчи қолип каби маҳсулотлардан ташкил топган. Маиший-ҳўжалик материаллари ва буюмларига сополдан ясалган уй-рўзғор идишлари (лаган, коса, чойнак, тарелка, пиёла ва бошқалар) ва

бадий-декоратив буюмлар (болалар уйинчоқлари, ҳайкалча, йирик ҳайкаллар, ваза ва бошқалар) қиради.

Сопол маҳсулотлари буюмнинг кимёвий ва минералогик таркибига ёхуд ишлатиладиган хомашё турига қараб классификацияланади. Масалан, улар хомашё тури ва миқдорига қараб, тупроқли фаянс, оҳакли фаянс, қаттиқ фаянс, шамотли фаянс ва яримчиниларга бўлинади. Тупроқли фаянс буюмлари қадимий бўлиб, кулолсозлик буюмлари номи билан юритилади. Агар улар сирланган ва гул чизилган бўлса, сирланган гулдор сопол номини олади. Милодий XV асрга келиб, машҳур италиялик кулолсоз-ҳайкалтарош Лука делла Роббианинг сирланган сопол буюмларини ишлаб чиқаришдаги улкан ишлари туфайли бу соҳа Италиянинг Фаенца шаҳрида тараққий қилади. Гулдор кулолчилик буюмлари фаянс буюмлари деб атала бошланди. XVI асрга келиб француз ҳайкалтароши Бернара Палиссининг талқиқотлари асосида италия фаянсининг янги тури — фламанл фаянси, XVI—XVIII асрда эса Дельфтс шаҳрида голланд фаянси яратилди. Бу буюмлар таркибига 80—85 % юқори температурада эрийдиган лойтупроқ билан 15—20 % қуйдирилган чақмоқтош кирган. Айрим ҳолларда буюмларнинг оқлигини ошириш мақсадида таркибига чинни гил қушилди. Чақмоқтош ўрнига эса табиий кварц ва кум ишлатиш мумкин. Тупроқли фаянс мас-саси рангли, оқимтир ва саргимтир бўлиши мумкин. Унга суркаладиган сир эса енгил эрийдиган шаффоф ёки сидирга силикатлар асосида тайёрланган махсус эритмадан иборат. Унинг сополаки зич ва маҳкам бўлади.

Оҳакли фаянс — юмшоқ фаянс ёхуд ўрта аср фаянси номи билан машҳур. Бу фаянс турига «турк» фаянси, ярим фаянс буюмлари қиради. Бу маҳсулотлар милодий X—XVIII асрларга оид бўлган форс сополсозлигига асосланган бўлиб, унинг таркибида 30—40 % гил, 30—50 % кварц, 0—10 % дала шпати ва 10—15 % оҳактош бўлган. Баъзи ерларда оҳактош ўрнига доломит минерали ҳам ишлатилган. Одатда уларнинг юзаси таркибида қўрғошин оксиди бўлган сир билан қопланади. Қулланилаётган сир рангли, оқ ва шаффоф бўлиши мумкин.

Қаттиқ фаянс — фаянс буюмлари орасида муҳим ўрин эгаллайди. Фаянсининг бу тури дала шпатили фаянс номи билан ҳам аталади. XVIII асрнинг бошларида немис ҳунар-

мандлари биринчи бўлиб бундай сопол буюмларни кашф этишди. Уларнинг массаси таркибига 45—65 % кулранг гилмоя, 25—40 % қумтош ва 8—15 % дала шпати киради. Гилмоя қисман чинни гили, дала шпати эса ишлаб чиқариш чиқиндиси билан алмаштирилиши мумкин.

Шамотли фаянс буюмларини олишда масса таркибига кўп миқдорда шамот қўшилади. Шамот ўз навбатида чинни гили ёки бошқа алюминий (III) оксидига бой бўлган гилмояни юқори температурада бир неча соат давомида қиздириш йўли билан олинади. Шамотли фаянс юзасига қалин ангоб, сунгра шаффоф бўлмаган сир суртилади. Ангобни ишлатишга шамотли фаянс таркибига кирувчи гилмоя восита бўлади. Одатда бу хомашё ёғли ва ёпишқоқ бўлиши керак. Охириги хусусиятлар эса таркибида темир ва алюминий моддалари кўп бўлган гилларга мансуб.

Файертон номи билан аталувчи шамотли фаянс массаси таркибига 25—45 % шамот киради. Ёғли гилмояга қўшилувчи бу модда заррачаларининг ўлчами 2—5 мм оралиғида бўлиши керак. Масса таркибига 4 % пегматит, 18 % қумтупроқ, 3 % ўта юқори ёпишқоқ гил ва 0,1 % сода қўшилиши мумкин.

Яримчинни буюмларни ишлаб чиқаришда қаттиқ фаянсдаги каби хомашёлар ишлатилади. У санитария-гигиена ва механика жиҳатидан қаттиқ фаянс билан чинни ўртасидаги оралық материалдир. Одатда яримчинни таркибига 48—50 % гил ва каолин, 40—50 % кварц ва 5—10 % дала шпати кирган бўлади. Агар масса таркибига озроқ миқдорда пишиқликни оширувчи ва куйдириш интервалини катталаштирувчи доломит, магнезит ёки тальк қўшилса, бундай маҳсулотни магнезитли фаянс деб аталади. Қолипланган хом маҳсулотларни куйдириш жараёнини 30—60 % барит минералини масса таркибига киритиш билан яхшилаш мумкин. Бундай маҳсулот баритли фаянс номи билан юритилади. Сопол идишлар ясаш учун соғ тупроққа ёпишқоқликни 10—15 % га оширувчи бентонит номли гил қўшилади. Бу эса буюмнинг қўзилувчанликка мустақамлигини оширади ва бентонитли фаянс деб аталади.

Сопол маҳсулотлари тайёрлаш усули, ишлов бериш тури, структураси, қаттиқ майда заррачаларнинг ёпишқоқлиги, сирланувчанлиги, кислотага барқарорлиги ва шунга ухшаш бошқа факторлар асосида қисм, группа ва

турларга бўлинади. Тайёрлов усулига кўра маҳсулотлар шликер ёки эритмадан қуйилган ва пластик қолипланган, шунингдек, ташиқ юзасига кўра, сирланган ва сирланмаган буюмларга бўлинади.

Сопол буюмларининг хусусияти ва ишлатилиши. Тупроқли ва оҳакли фаянс буюмлари юмшоқ сопол буюмларига киради. Улар анчагина ғовак бўлиб, 19—22 фоиз сувни шимади. Уларнинг 1 квадрат сантиметр юзасини синдиришга сарф қилинувчи куч 60—200 килограммга тўғри келади. Шу юзанинг сиқилишга чидамлилиги 600—900 килограмм атрофида бўлади. Иссиқликдан кенгайиш коэффициенти эса $50-60 \times 10^{-7}$ град.⁻¹ га тенг.

Тупроқли ва оҳакли фаянс турлари ёруғликни ўтказмаслиги, коваклиги ва кўп миқдорда сув шимиши, сарғиш тусда бўлиши ва бошқа хусусиятлари билан чинни буюмлардан фарқ қилади.

Тупроқли ва оҳакли фаянснинг асосий камчилиги температуранинг ўзгариб туришига турғунсизлигидир. Шунинг учун бундай буюмлар жуда оз миқдорда ишлаб чиқарилади. Унинг массаси асосида гальваника элементлари сақланувчи идиш, филтр, арзон хўжалик буюмлари ясалади.

Тупроқли фаянс асосида турли хил рангдаги сопол буюмлари тайёрланади. Тошкент метроси иккинчи линиясининг биринчи навбати станцияларидан бири «Космонавтлар проспекти» сирланган гулдор сополга асосланган.

Оҳакли фаянс асосида турли хил буюмлар ишлаб чиқариш мумкин. Биринчи навбатда бундай фаянс массаси асосида бино ва печларнинг деворига қоплаш учун ишлатиладиган 400×220 ва 240×220 миллиметрли гишт плита — кошнлар ясалади. Уларнинг сирти ғовакли еркесаги тузилишига эга бўлиб, ўткир пичоқ ёрдамида булакларга бўлинади. Одатда 12—16 мм қалинликдаги плиталарнинг фасали оқ ёки рангли сир билан қопланган бўлади. Уларга нақш бериш ҳам мумкин.

Фаянс таркибига оҳакни қўшиш билан буюм юзасининг силлиқлиги ва тиниқлигига эришилади. Қаттиқ фаянс буюмларнинг ранги оқ, сополи ғовак, сирти сир билан қопланган бўлади. Бу буюмлардан ванна, унитаз, умивальник, бак тайёрланади. Бундай буюмларнинг иссиқдан кенгайиши $70-80 \times 10^{-7}$ град.⁻¹, сув шимувчанлиги 10—12 % ни ташкил этади. Уларнинг солиштирма оғирлиги

1,92—1,96 г/см³, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 1000 ва эгилишдаги чегараси 150—300 кг/см² атрофида бўлади. Сир қатламининг мустаҳкамлиги буюмни 15° ва 100°С да қиздириб ва совитиб синалади. Шундай цикл уч марта так-рорланганида сир қатлами дарз кетмаслиги лозим.

Қаттиқ фаянс буюмларнинг юзаси текис, силлиқ, қий-шаймаган бўлиши, уриб қурганда жаранглаши лозим. Бун-дай буюмлар сирининг чиройлилиги ва текислиги, мону-ментал шакли ва гигиена қоидаларига жавоб беришлиги, иссиқликни кам ўтказувчанлиги ва сувда зангламаслиги билан чўян ванналаридан фарқ қилади.

Яримчинни буюмларнинг сополи зичроқ бўлади. Улар-нинг сув шимувчанлиги 3—8 %, 1 см³ ҳажмга түгри кела-диган массасининг оғирлиги 2—2,2 г га тенг. 1 см³ юза-нинг сиқилиш ва эгилишдаги мустаҳкамлиги 1300—2500 ва 400—450 кг оралиғида бўлади. Иссиқликдан кенгайиш коэффициенти эса 40—50×10⁻⁷ град.⁻¹ оралиғидадир.

Яримчинни массада тайёрланган хужалик ва майший идишлар урилиш ва иссиқ-совуқнинг ўзгарувчанлигига чидамлилиги билан фаянсдан устун туради. Масалан, ярим-чиннидан ясалган тақсимча 25—200° да температуранинг 8 марта ўзгаришига чидайди. Бу жиҳатдан у чинни буюм-ларнинг хоссаларини эслатади.

Шамотли фаянс қаттиқ фаянс массаси асосида яра-тилган. Унинг таркибида шамот бўлганлиги туфайли юқори температура ва урилишга чидамли бўлади. Шу туфайли уларнинг массаси асосида ванна, раковина ва бошқа буюмлар ясалади. Ванна, ошхона деворларига ёпиштирила-диган плиталар квадрат ёки шаклдор пластинкалардан иборат бўлиб, таркибида қўшимчаси бўлган ёки бўлмаган лой-тупроқдан тайёрланади ва юзаси сирланади. Бундай плиталар узининг сув шимувчанлиги (16 % дан ошмасли-ги керак), иссиққа чидамлилиги (100° гача қиздириб, сўнгра 18—20° ли сувда тез совитилганда сир қатлами дарз кетмаслиги лозим) ва бошқа хусусиятлари билан сопол буюмларга яқин туради.

Сопол ишлаб чиқариш усуллари. Ҳозирги кунда сопол буюмлари массаси турли хил усулда тайёрланади. Бирин-чи усул энг қадимий бўлиб, бу усул бўйича суюқ модда — қуйишга мўлжалланган шликер тайёрланади. Бундай ша-карқием модданинг намлиги 31—32 % ни ташкил этади.

Иккинчи усул ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган бўлиб, уни мутахассислар пластик усул деб атайдилар. Бу усул бўйича одатда намлиги 16—25 % бўлган пластик мас-са тайёрланади ва қолипларда керакли шакллар ҳосил қилинади. Учинчи усул бўйича намлиги 5—8 % бўлган тол-қонсимон масса тайёрланади.


Корхоналарда шликерни қолипларга қуйиш кўпинча механизация ёрдамисиз бажарилади. Шу туфайли қолип-лашдаги босим бир атмосферадан юқори бўлмайди. 5—8 % намликка эга бўлган яримқуруқ кукун бир ёки икки то-монлама, бир поғонали ёхуд кўппоғонали усулларда 200—400 кг/см² босимда прессланади. Пресслаш жараёни тир-сак — дастали, фриксион, ротацион ва гидравлик пресс-ларда бажарилади. Пластик массанинг намлиги 16—25 % бўлганда пресслаш 10—20 кг/см² босимда лентасимон ёки штамповка прессларида амалга оширилади. Одатда тайёр лой пресс ичида шнек ёрдамида сурилади ва зичланади.

Керамика буюмлари ишлаб чиқаришда яна бир замо-навий ишлаб чиқариш усули бўлиб, уни қуруқ пресслаш деб аталади. Одатда қуруқ пресслашда намлиги 2 % дан ошмайдиган кукун ишлатилади ва керамика буюмлари тайёрланади. Ҳозирча бу усул сополсозлик тармоғига кенг қилиб келмаган.



Сопол ишлаб чиқариш анча мураккаб жараён бўлиб, бир қанча босқичларни ўз ичига олади. Қуйида берилаёт-ган қаттиқ фаянс номли сопол ишлаб чиқаришнинг тех-нологик схемаси (2-расм) бу ҳақда тўла тушунча ҳосил қилишга ёрдам беради.

Яримқуруқ пресслаш усули катта босим остида турли автоматик мосламалар ёрдамида амалга оширилгани ту-файли прессланаётган буюмларнинг шакли оддий ва яс-сирок бўлишини тақозо этади. Пластик массани қолип-лаш усули билан иш юритилганда содда ёхуд мураккаб шакли буюмларни яшаш мумкин. Шликер ёхуд эритма билан ишланганда эса ўта мураккаб шаклли буюмлар гипс-ли формаларга қуйилади.

Ҳақиқатан ҳам корхоналарда чойнак, қошин, қувача, куза (ваза), ҳайкалча, унитаз, умивальник сингари сопол буюмлари эритмалардан қуйиш йўли билан олинади. Ла-ган, тақсимча, коса, пиёла, қувур ва плита сингари ҳўжа-лик асбоблари эса пластик масса олиш ва уни қолиплаш

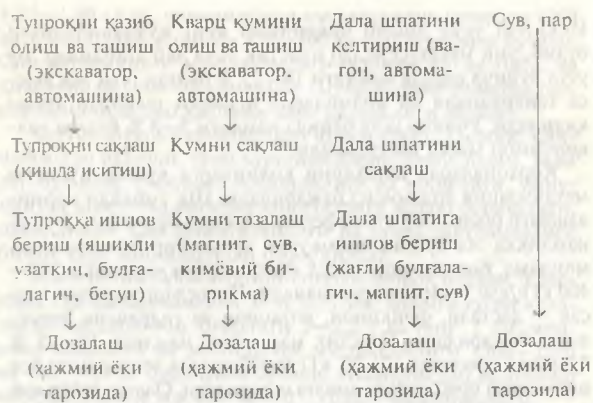

Компонентларни аралаштириш ва масса тайёрлаш (шар, стер-
жен, болғача ёхуд пневмо,-вибро- ва энергия оқимли тегирмон)

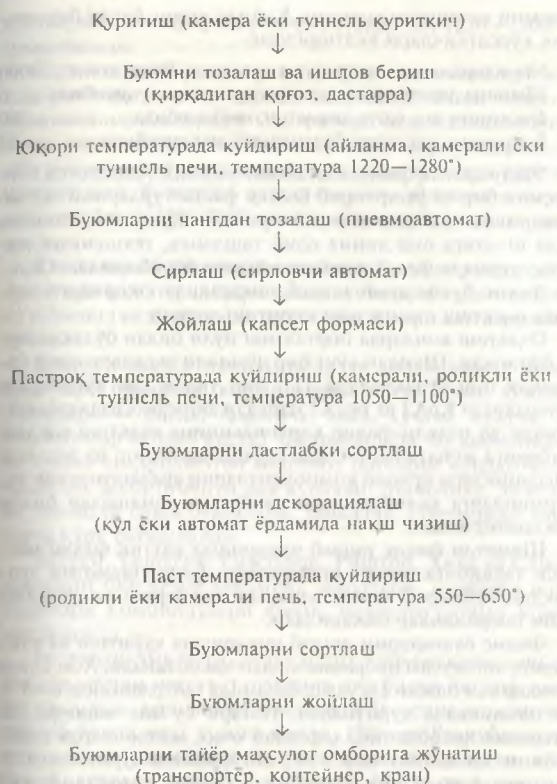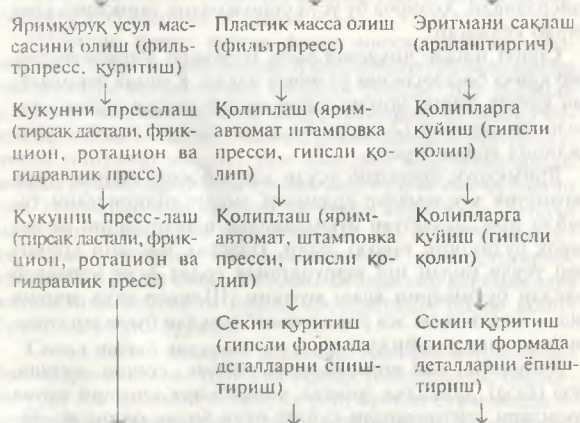

2-расм. Қаттиқ фаянс буюмлар ишлаб чиқаришнинг технологик
тизими

усули орқали амалга оширилади. Кошинлашда ишлатила-
диган плита, гулдор сопол ва турли хиллаги содда шаклли
буюмлар прессавтоматлар ёрдамида тайёрланади.

Ҳозирги кунда саноат корхоналарида олти секцияли
қолиплаш-қуритиш автоматлари ишлаб турибди. Бундай
машинада бир вақтла турли шакл ва ўлчамлардаги олти

буюмни қолиплаш мумкин. Куйида унинг баъзи бир техник кўрсаткичлари келтирилган:

Умумдорлиги, соатига тўғри келадиган буюм сони	3600
Машина электродвигателининг қуввати, квт ҳисобида	6
Буюмнинг энг катта диаметри, мм ҳисобида	260
Буюмнинг энг катта баландлиги, мм ҳисобида	52

Ушбу қаттиқ фаянс олишнинг умумий технологик схемасини бир оз ўзгартириб бошқа фаянс турларини ишлаб чиқаришга ҳам жорий этиш мумкин. Жумладан, схемада дала шплатига оид линия олиб ташланса, технологик жараён тупроқли фаянс схемасига ўхшаш бўлиб қолади. Оҳақли фаянс буюмларни ишлаб чиқаришда юқоридаги схемага оҳақтош линиясини киритиш даркор.

Оҳақтош конларда портлатиш йўли билан булакчаларга булинади. Шундан сўнг бир чўмичли экскаваторлар ёрдамида тош булакчалари 12 т ёки ундан ҳам кўпроқ юк кўтарилган КраЗ ва БелАЗ маркали автосамосвалларга юкланади ва оҳақли фаянс корхонасининг оҳақтош сақлаш омборига жўнатилади. Оҳақтош ишлов бериш ва дозалаш операциялари орқали компонентларни аралаштирувчи тегиримонларга келиб тушади ва бошқа хомашёлар билан аралаштирилади.

Шамотли фаянс ишлаб чиқаришда қаттиқ фаянс мас-саси таркибига шамот киритилади. Бунда шамотни тупроқдан куйдириб олиш, унга ишлов бериш ва дозалаш каби операциялар бажарилади.

Фаянс буюмларни ишлаб чиқаришда қуритиш ва куйдириш энг муҳим операциялардан ҳисобланади. Хом буюм шликер ёки пластик усуллар ёрдамида тайёрланганда 6—8 % ли намликкача қуритилади. Илгари бу энг машаққатли операция ҳисобланиб, ҳафталаб очик майдонларда саратоннинг қизиги ёки ёнаётган ўтин ёрдамида қуритилар эди. Ҳозирги пайтда уни қуритиш жараёни замонавий, қўл кучидан холи бўлган конвейер, туннель, роликли ёки камера қуриткичларда 100—130° да қуритилади.

Ҳозирги кунда буюмлар махсус ўтдонда, яъни туннель, камерали айланма ва роликли печлар ёрдамида куйдирилмоқда. Сопол таркибида кум, тошқол, шамот каби қўшимчалар киратганига қарамай унинг пишиши ва қаттиқ сунъий тошга айланиш температураси анчагина юқоридир. Одатда тупроқли фаянс буюмлар 950°, оҳақли фаянс 1160°,

қаттиқ ва шамотли фаянс маҳсулотлари эса 1220—1300° да пиширилади.

Биринчи куйдириш жараёнида фаянснинг сополаги мустақамланади, унинг сирлаш лаврида букиши мумкинлигининг олди олинади. Сўнгга махсус мосламалар ёрдамида сирти сирланади. Иккиламчи куйдириш жараёнида сир билан сопол жипслашиб шишасимон модда кўринишга келади. Бу жараён одатда биринчи куйдириш жараёнига нисбатан 150—200° паст температурада амалга оширилади.

Сопол ишлаб чиқариш истиқболи. Бугунги кунда сопол буюмлари ва материаллари мамлакат халқ ҳўжалигида бошқа қурилиш ва ҳўжалик маҳсулотлари қатори катта аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда ўнлаб махсус фаянс заводлари бўлиб, бу корхоналарда турли-туман ҳўжалик буюмлари — пиёла, тақсимча, коса, кўзача, қувача, товоқ кабилар кўплаб ишлаб чиқарилмоқда. Бу корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархи кундан-кунга камаёди, ассортименти эса кўпаяди. Майолика, ҳўжалик ва зийнатли совға буюмлари, ҳайкатча, сувенирлар хоналарга кўрк бағишлайди.

Ангрен, Тошкент, Ёйждувон, Риштон, Хива ва Самарқанднинг бир қатор керамика заводлари, қурилиш материаллари комбинатлари фаянс маҳсулотларини ишлаб чиқармоқда.

Республикаимиздаги сополсозлик корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот шаклини дид билан ишлаш, уларни нақшлаш, тарихий ва замонавий ёдгорликлар сиртини сирлаб безаш одат тусига кирди. Илгари Республикаимиз кулолчилик корхоналарида ўнга яқин коса, лаган, кўза, пиёла, сиёҳдон ишлаб чиқарилган бўлса, эндиликда 70 хилдан ортиқ керамика маҳсулотлари — сервиз, ваза, тувак, плита, майолика, кошин, қувур кабилар кўплаб ишлаб чиқарилмоқда.

Сирланган керамика материаллари кошинларга қўйиладиган барча талабларни қондиради. Улар узоқ муддат чидайлиган, атмосфера таъсирига бардош бералиган ва кўриниши чиройли бўлганлиги учун ҳозирда қурилишда кенг қўламда ва самарали фойдаланилмоқда.

Жамоат биноларининг вестибюллари, даволаниш муассасалари ҳамда кимё саноати корхоналарининг полларига Тошкент қурилиш материаллари ва Ангрен керамика комбинатларида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ётқизилади. Бундай полбон плиталар амалда сув ўтказмайди, қаватлараро қурилмаларнинг қўтариб турувчи конструкцияларини намдан ҳимоя қилади, тезда ишқаланиб сидирилмайди, занг олмайди ва осон ювилади. Улар олатда кислота ва ишқорлар таъсирига чидамли ва ўзига нам сингдирмайди булади.

Канализацияда ишлатиладиган сопол қувур ва санитария-техника буюмларининг ишлаб чиқарилиши катта аҳамият касб этмоқда. Канализация қувурлари диаметри 150—600 мм, сополи зич, заррачалари тўқшиб кетган, сирти ва ичи сирланган бўлади. Санитария-техника буюмларидан ванналар ишлаб чиқариш мустақамлиги юқори фаянс сиртига ҳар турли рангдаги эмал қоплаш йўли билан амалга оширилади. Бундай ванналар тўғри тўртбурчак шаклида ясашиб, туби ясси, деворларининг ичи ковак бўлади. Ўзбекистонда бундай буюмлар Ангрен керамика комбинатида қўлаб ишлаб чиқарилмоқда.

Сополсозликни ривожлантириш учун, биринчи навбатда, мавжуд корхоналардаги эскириб қолаётган дастгоҳ, ускуна ва механизмларни янги серунум автоматларга алмаштириш керак. Бу ўринда Тошкент қурилиш материаллари комбинати ишлари диққатга сазовордир. Италия фирмалари билан ҳамкорликла чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифати ошиб, жаҳон андозалари талабига жавоб берадиган бўлади.

Ишлаб чиқариш учун зарур бўлган гил, кварц, дала шпати каби хомашёлар кони излаб топилиши лозим. Баъзан ашёнинг ўз вақтида етказиб берилмаслиги сабабли мавжуд техникадан етарлича фойдаланилмаяпти. Бу борала инженер-технологларга республикамиз геолог ва геохимёгарларининг ёрдами сув ва ҳаво каби зарур.

Плита, қувур каби санитария-техника буюмларининг сифати, ўлчамининг бир хиллиги, қирраларининг текислиги замон талабларидан бир оз орқада. Уларнинг реакция муҳит таъсирига чидамлилигини ошириш зарур. Сопол буюмлар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган сирларнинг сифатини яхшилаш керак.

Фаянс буюмларнинг массасини яхшилаш масаласи ҳам муҳимдир. Бу ўринда апатит ва фосфорит концентратлар масса таркибига киритилганда фаянсининг куйдириш температураси пасаяди, қимматбаҳо дала шпати тежалади.

6-§. Чинни олиш технологияси

Чиннининг қисқача яратилиш тарихи. Чиннининг нафислиги, тиниқ ранги, жарангдорлиги, тошдек пишқиқлиги, сув шиммаслиги ва жилваланиши кўпчиликни ҳайратга солган. Чинни пиёла, коса, чойнак, тақсимча ва лаган, нақшдор ваза, ҳайкалча сингари безакли буюмлар қалимдан ҳар бир хонадонга кўрк берган.

Чинни маҳсулотининг сифати, кўрки аввало уни ишлаб чиқараётган инженер-техник ва ишчининг маҳоратига боғлиқ. Унга берилган ранг, чизилган тасвир ва нақшларга қараб халқ санъати, урф-одати, миллий анъаналари ҳақида фикр юритиш мумкин.

Хитой чинниси билан милоннинг бошларида корейс ва японлар, VI—VIII асрларда улар билан савдо-сотиқ қилувчи араблар танишдилар. Шу тўғрисида чинни ҳақидаги ilk ёзма маълумотлар IX асрларга, кўпгина шарқ ўлкаларига саёҳат қилган Сулаймон деган андалузиялик савдогарга тегишли. Янги эранинг VIII асрида араблар орқали Европа халқлари ҳам чинни билан танишдилар.

Чинни буюмлар тилла нархидан юқори баҳоланар эди. Шунинг учун европалик кулол, шишасоз ва алхимёгарлар форсча «фегфур» сўзидан келиб чиққан ва «хоқоннинг буюми» деган маънони англатувчи «фарфор» номли бу маҳсулот сирини очиш устида бош қотира бошладилар. «Фегфур» сўзи ўз навбатида «фагфур» сўзидан олинган бўлиб, хитой ҳукмдори деган маънони билдирар эди.

Марказий Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда жуда кўп кулолчилик устахоналарининг мавжудлигига қарамай, чинни ишлаб чиқариш яхши йўлга қўйилмаган эди.

1947 йилда Марказий Осиёда қалдирғоч корхона — Тошкент чинни заводи қурила бошлади. Унинг биринчи навбати 1951 йилда қуриб битказилиб, халқ учун зарур бўлган маҳсулот бера бошлади. Корхонада биринчи йили, яъни 1952 йили 200 минг дона чинни ишлаб чиқарилди. Ҳозирда кенгайтирилиб, маҳсулот тайёрлаш технологияси илмий асосда такомиллаштирилган бу корхонада йи-

лига 31 млн (ишлаб чиқариш қуввати йилига 64 млн дона маҳсулотни ташкил этади), 1970 йили Самарқанд шаҳрида илга туширилган иккинчи чинни заводида эса йилига 27 млн дона маҳсулот ишлаб чиқарилмоқда. Республика-мизнинг учинчи чинни заводи 1978 йили Фарғона вилоя-ти Қувасой шаҳрида қурилди. Мазкур корхона йилига 29 млн дона маҳсулот ишлаб чиқармоқда. Тўртинчи йirik чинни корхонаси Хива шаҳрида сопол корхона асосида қуриб битказилди ва 1980 йили 1 млн донадан ортиқ чин-ни маҳсулотларини тайёрлади.

Ўзбекистон чиннисозлари ҳозирги кунда чинни маҳ-сулотлари ишлаб чиқариш ва унинг сифатини яхшилаш ҳамда маҳсулот таннархини камайтириш бобида ишламоқ-далар. Яна қувончли воқеалардан бири, Тошкент чинни заводининг навбатдаги реконструкцияси тугатилиб, бу корхона 1990 йилга келиб янги қувватларнинг узлашти-рилиши туфайли йил мобайнида ишлаб чиқариладиган буюмлари сони анчагина кўпайди.

Кейинги йилларда енгил саноат буюмларида Ватани-миз рамзий белгиларини акс эттиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу соҳада, айниқса, Тошкент чиннисозлари намунали ишлар олиб боришмоқда. Корхона рассомлари Ватанимиз тарихига оид шонли воқеаларни, буюк киши-ларнинг ёрқин сиймоларини, республикамиз ифтихори бўлган маҳсулотларини чинни буюмларда зўр маҳорат би-лан акс эттиришмоқда. Бу уринда Тошкент чинни заводи рассомлари томонидан кейинги йиллар ичида яратилган «Прогресс», «Нахта», «Оқ олтин», «Тонг», «Юбилей», «Ди-лором», «Хушбанд», «Самарқанд ансамбли» каби сервис-ларни эсга олиш кифойдир.

Республикада чиннисозликнинг ривож топишида етук муҳандис ва олимларнинг ҳиссалари жуда катта. Ай-ниқса, бу соҳанинг такомил топиши, корхоналардаги маҳ-сулот тури ва сифатини оширишда Ф. Х. Тожиев, Н. А. Си-рождинов, А. А. Исмаилов, М. Ю. Юнусов, А. Х. Исмои-лов, А. П. Ибраҳимов, А. М. Эминов, Ш. Ю. Азимов, А. А. Иброҳимов, Д. И. Мақсудов, Т. И. Олимжонов ва Р. Ю. Юсупов каби олим ва муҳандисларнинг хизматлари-ни қайд этиб ўтиш лозим.

Чинни тури ва унинг таркибий қисмлари. Чинни маҳсу-лотлари силикатларнинг керамика ва ўтга чидамли мате-

риаллар технологияси асосида ишлаб чиқариладиган на-фис керамика буюмлари туркумига кирилади.

Чинни маҳсулотлар хўжалик чинниси, бадний чинни ва электротехника чиннисига бўлинади. Чиннилар қаттиқ ва юмшоқ чинниларга, шунингдек, юқори ва паст темпе-ратурада пишувчи маҳсулотларга бўлинади.

Қаттиқ чинни таркибига уч турли хомашё — 50 % као-лин ва гилтупроқ, 25 % дала шпати ва 25 % кварц кирилади. Бундай таркибдаги масса сополаги 1350° да зичлашади. Шу туфайли уларни юқори температурада пишувчи массалар туркумига киритиш мумкин. Тошкент Кимё-технология ин-ститутининг «Силикат моддалар технологияси» кафедре-си олимларининг 15 йил давомида олиб борган илмий тал-қиқотлари натижасида қаттиқ чинни таркибидаги дала шпати ва кварцни Қора-Тау ва Марказий Қизилқум кон-ларидан қазиб олинadиган фосфорит моддаси ёхуд ҳай-вонлар сўягининг қули билан алмаштириш мумкинлиги аниқланди. Энг қувончли нарсаси шуки, ушбу маҳаллий хом-ашёларни чинни таркибига киритиш натижасида қаттиқ чиннининг физик-механик хусусиятлари тўла сақланиб қолган ҳолда пишиш температураси 200° га камайди. Па-тижада юқори температурада пишувчи масса туридан паст температурада сополаги этилувчи янги маҳсулот турига ўтилди.

Юмшоқ чинни буюмлар таркибига кварц ва дала шпа-ти қаттиқ чинни массасига нисбатан кўпроқ кирилади. Ун-даги кварц миқдори 35 %, дала шпати эса 34 % бўлиши мумкин. Юмшоқ чиннининг бир тури бўлган инглиз чин-ниси таркибига эса 43—49 % сўяк қули, 16—21 % кварц, 18—19 % гилтупроқ ва 11—43 % чинни гили кириди. Бун-дай чинни сополаги 1250—1280° да пишади.

Чинни таркибига кирувчи барча компонентлар техно-логик жараён ва тайёр маҳсулотнинг физик-техник хосса-ларига таъсир ўтказadi. Бу ўринда, айниқса, гилларнинг таъсири сезиларлидир.

Гил, тупроқ ва лойтупроқ чинни таркибига алюминий (III) оксидини олиб кирилади. Шу туфайли уларни кимёвий жиҳатдан алюминийнинг асосий силикати деб қараш мум-кин. Таркибидаги алюминий (III) оксидининг миқдорида кўра, улар икки катта гурппага ажратилади. Биринчи груп-пага кирувчи гилли хомашё таркибида асосий алюминий-

ли оксиднинг миқдори 46 % га етмайди, иккинчи гилларга кирувчи юқори глинозёмли хомашёларда алюминий (III) оксиднинг миқдори 46 % дан ортиқ бўлади.

Гиллар каолинлар, лойтупроқлар, сухарилар ва сланецли гилларга ажралали.

Каолин гили таркибида 39,5 % алюминий (III) оксиди, 46,5 % кремний (VI) оксиди ва 14 % сув бўлади. Гил таркибида кам миқдорда темир (III), магний, кальций, натрий, калий, барий ва бошқа металл оксидлари аралашмалари бўлади. Уларнинг кристаллари моноклин сингонияга мансуб. Симметрия кўриниши ўқсиз диэдрик, фазовий группаси C_2 . Элементар ячейкасининг a , b ва c қирраларининг узунлиги 5,14, 8,90 ва 14,45 Å га тенг. Бети бурчагининг катталиги $100^\circ 12'$ атрофида. Каолиннинг айрим танга ва пластинка кристаллари рангсиз, кўпинча сарғиш ва қизғиш, баъзан яшил ва кўкимтир товланиб туради. Уларнинг қаттиқлиги бирга яқин. Солишгирма оғирлиги 2580—2600 кг/м³.

Каолиннинг жуда кўп конлари маълум. Хитойда бирламчи каолин конлари Кау-Линг тоғида, Яучау-Фу яқинида. Англиянинг Корнуолл билан Девонширда, Чехословакиянинг Карлова-Вари яқинида, Германиядаги Бавария билан Саксонияда, Франциянинг Лиможа атрофида жойлашган.

МДХ да каолиннинг йирик конлари мавжуд бўлиб, уларнинг кўпчилиги Украина ҳудудида жойлашган. Украинадаги энг муҳим конлар Глуховецк, Часов-Яр, Дружковка, Николаевск, Просяповск, Пологск, Турбовск, Райковск. Оқ Балка номи билан маълум. Уралда, асосан, утга чидамли каолиннинг бирламчи ва иккиламчи конлари кўп бўлиб, йириклари қаторига Еленовск, Куринск, Троицко-Байновск, Кочкарск ва Киштимск конлари киради. Иркутск вилоятида Трошковск, Шарқий Сибирда Балтийск. Узоқ Шарқда Меркушевск конлари маълум. Қозғистоннинг Акмолинск районида бирламчи каолин кони жойлашган.

Ўзбекистон Марказий Осиёда бирламчи ва иккиламчи каолин тупроғига бой республикалардан бири ҳисобланади. Ангрен шаҳри яқинидаги кўмир ҳавзасида жойлашган каолин миқдори жиҳатидан улкан конлар қаторига киради. Бу конларда жойлашган бирламчи каолин миқдори

$A+B+C$, категориялари бўйича 51,2 млн т, иккиламчи тупроғининг миқдори эса $B+C$ категорияларига кўра 200 млн т дан зиёд. Улар жами 70 км² майдонни эгаллаб туради.

Чинни хомашёсига қўшилган каолин гили таркибида алюминий (III) оксиди кўп бўлгани туфайли массанинг ёпишқоқлиги таъминланади. Улар юқори температурада кимёвий таркибига кирувчи сувни чиқариб юборади ва алюминий (III) оксиди билан кремний (IV) оксидининг муҳим бирикмаси муллит минералининг ҳосил бўлишига олиб келади. Уч молекула алюминий оксиди ва икки молекула кремний оксидидан ташкил топган ва табиатда эркин ҳолда деярли учрамайдиган муллит кристаллари игнасимон, гоҳида тўрт ёнли призмага ўхшаган бўлади.

Каолин гили бой магматик ва метаморфик жинслар — гранит, гнейслар, кварцли порфирларнинг нураши туфайли юзага келади. Каолинитнинг пайдо бўлиши жараёни сув ва карбонат ангидрид таъсирида ўтади. Ҳосил бўлган каолин массаси ювилиб кетади ва суви туриб қолган ҳавзаларда дисперс гил чуқиндиларидан иборат қатламда тўпланади.

Маълум шароитларда регионал метаморфизм жараёнида юқори температурали муҳит таъсирида каолин гили зич гилли сланецга айланади. Температура 300° дан ортса, каолинитнинг парчаланиши тезлашади. Натижада кристалланган сланецни ташкил этувчи андалузит, силлиманит, дистен, гранит каби минералларга айланади. Каолиннинг нураши пайтида ишқорлар иштирок этса, сланец ўрнига сарицит, слюда, дала шпати кабилар пайдо бўлади.

Чинни олишда ишлатиладиган лойтупроқ кимёвий таркибига кўра каолин гилига яқин, аммо минералогик таркиби билан кескин фарқланади. Агар каолин гили таркибига каолинит минерали кирса, чинни лойтупроғи деганда минералогик нуқтаи назардан икки ва ундан кўп гил минералининг табиий аралашмаси тушунилади. Кўпинча гилтупроқ таркиби каолинит ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$), галлуазит ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 4H_2O$) ва пирофиллит ($Al_2O_3 \cdot 4SiO_2 \cdot 4H_2O$), аралашмасидан иборат. Гилтупроқ таркибида бошқа минераллардан кварц қуми, слюда, дала шпати, колчедан, карбонат, рутил кабилар оз миқдорда учраши мумкин.

Гилтупроқлар утга чидамли гил (1580° да эрмайди), қийин эрувчан гил (эриш нуқтаси $1350—1580^\circ$ оралигида) ва осон эрувчан гил (эриши 1350° дан паст) каби турларга ажратилади.

Ўтга чидамли гилтупроқ юқори температурада қиздирилганида оқ рангли массага айлansa, уни чинни гили деб аташ мумкин. Одатда, бундай тупроқлар қаттиқ чинни таркибига 10 % атрофида қўшилади.

Юқори сифатли гилтупроқ конларининг кўпчилиги Украинада жойлашган. Бу республиканинг биргина Артемовск шаҳри яқинида бешта — Тройчатка, Янги Райка, Янги Швейцария, Абрамовск ва Андреевск конлари жойлашган. Мутахассислар бу тупроқ конларини ягона ном — Дружковка гурӯпаси гиллари деб атайдилар. Йирик гилтупроқ конлари қаторига Воронеж областининг Латная станцияси теъарағида жойлашган Латненск, Новгород вилоятининг Боровичи шаҳри атрофида учрайдиган Любитинск конлари қиради. Бу конларда қазиб олинadиган хомашё таркибига 31—38 % алюминий (III) оксиди ва 2—3 % титан (IV) оксиди бор.

Республикаимизда ўтга чидамли ва куйиндиси оқ бўлган гилтупроқлар оз учрайди. Ангрен кўмир ҳавзаси ва Нурота тоғ ёнбағирларида учрайдиган конлар кичик бўлганлиги туфайли эътиборга олинмаган. Бизнинг серқўёш ўлкаимизда, асосан осон эрувчи ва темир бирикмаларига бой бўлган гиллар кони бекиёс бўлиб, уларни ҳозирги кунда чинни саноатида ишлатиб бўлмайди.

Хомашё аралашмасининг пластик хусусиятларини ошириш мақсадида чинни таркибига бентонит қўшилади. Бундай гилнинг минералогик таркибига монтмориллонит, биотит, кварц, гипс кабилар қиради. Бентонит гили Туркменистоннинг Ўзгонлик, Грузиянинг Аскан, Озарбайжоннинг Хильмилини, Кримнинг Курцево ва Ўзбекистоннинг Шур-Сув конларидан қазиб олинади.

Чинни таркибига дала шпати ва кварцнинг айрим ёки кварц — дала шпати кўмини пегматит жинслари ҳолида ҳам киритса бўлади. Улар, яъни темир бирикмаларидан тозалаб олинган хомашё таркиби чинни учун зарур моддалар билан бойитилади.

Пегматит таркибигаги кварц миқдори 30 % ва ундан юқори бўлса, қимматбаҳо хомашё ҳисобланади. Унинг кимёвий таркибига % ҳисобида олинганда 71—75 кремний (IV), 14—18 алюминий (III), 0,1—0,4 темир (III), 0,3—1,3 кальций, 0,07—0,14 магний, 4,3—9,4 кальций, 1,3—5 натрий оксидлари қиради. Пегматит таркибига 68,5—70 %

дала шпати, 22,2—30,1 % кварц ва 1,1—2,7 % слюда учрайди.

Карелия АР, Украина ва Уралда йирик пегматит конлари жойлашган. Карелия конларидаги пегматит пластларининг қалинлиги 60 м га, узунлиги эса 400 м га боради. Челябинск ва Екатеринбург вилоятларида ҳам пегматит конлари борлиги аниқланган. Аммо пластларнинг қалинлиги 0,5—0,7 м атрофида бўлганлиги туфайли улар кам қийматга эга.



Ўзбекистонда ҳам пегматит конлари бор. Ҳ. М. Абдуллаев, И. Ҳ. Ҳамробоев, Х. Н. Боймуҳамедов, К. Л. Бобоев каби геолог олимлар Фарбий Ўзбекистонда 15 та пегматит майдонлари борлигини илмий асослаб беришган. Қорақалпоғистон АР ҳудудида жойлашган Қизилсой пегматит майдони алоҳида аҳамиятга эга. Пегматит тўпланимининг узунлиги 500 м, қалинлиги эса 1,2 м.

Пегматит ўрнига кварц — дала шпати кўмларидан фойдаланиш мумкин. Бундай кўм конлари Қашқадарё ва Самарқанд вилоятларида учрайди. Қашқадарё вилоятидаги Чияли кони захираси 38 млн тоннани, Самарқанд вилоятидаги Илонсой кони захираси эса 37,8 млн тоннани ташкил этади.

Чинни ишлаб чиқариш жараёни. Чинни олиш жараёни анча мураккаб жараён ҳисобланади (3-расм). Чинни букми таркибига кирувчи чинни гили ва гилтупроқни одатда ер остидан кавлаб чиқариш корхона яқинидаги очиқ-саёз кон-карьерларда амалга оширилади. Хомашё сидирадиган ва юклайдиган машина — скрепер, бульдозер ёки экскаватор ёрдамида, аввало карьер юзаси ўсимлик, қўланг тупроқ, кўм ва оҳақтош қолдиқларидан тозаланади, оқава ариқлар йўли қурилади. Сўнгра турли усулларда асосий хомашёни кавлаш ва транспорт воситаларига юклаш ишлари амалга оширилади. Ушбу мақсадларга одатда чўмич ҳажми 0,5—2 м³ бўлган бир чўмичли, кўндан-кўп ҳолларда кўпқавшли экскаваторлар қўл келади.


Кварц ва дала шпати каби қаттиқ хомашёлар портлатиш йўли билан қазиб олинади ва бир чўмичли экскаватор ёрдамида вагонетка, платформа ёки машиналарга ортилади.

Хомашё рельсли ва рельсиз, даврий ва тўхтовсиз узатиб турувчи машиналар ёрдамида ташилади. Рельсли транс-

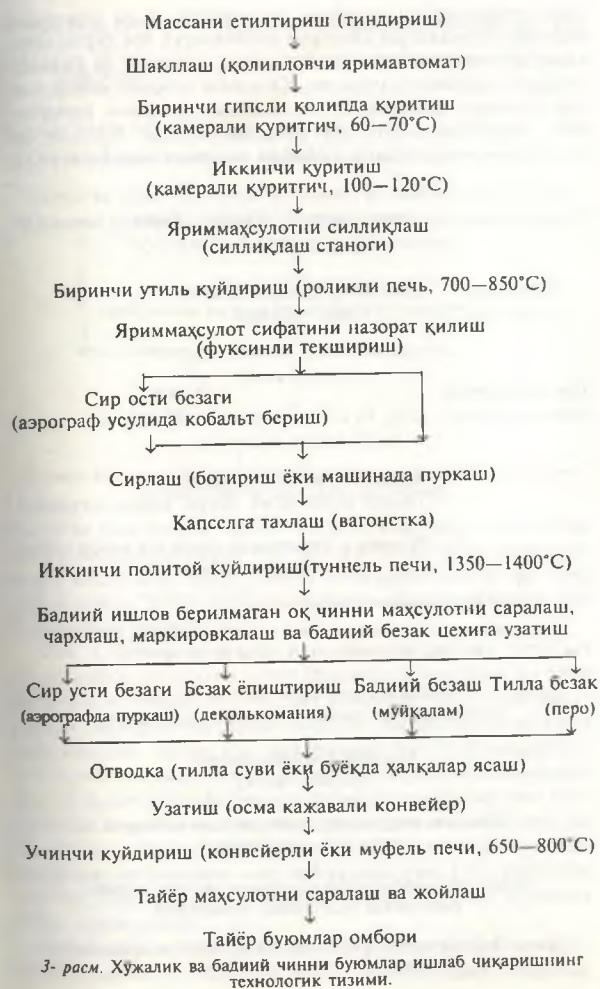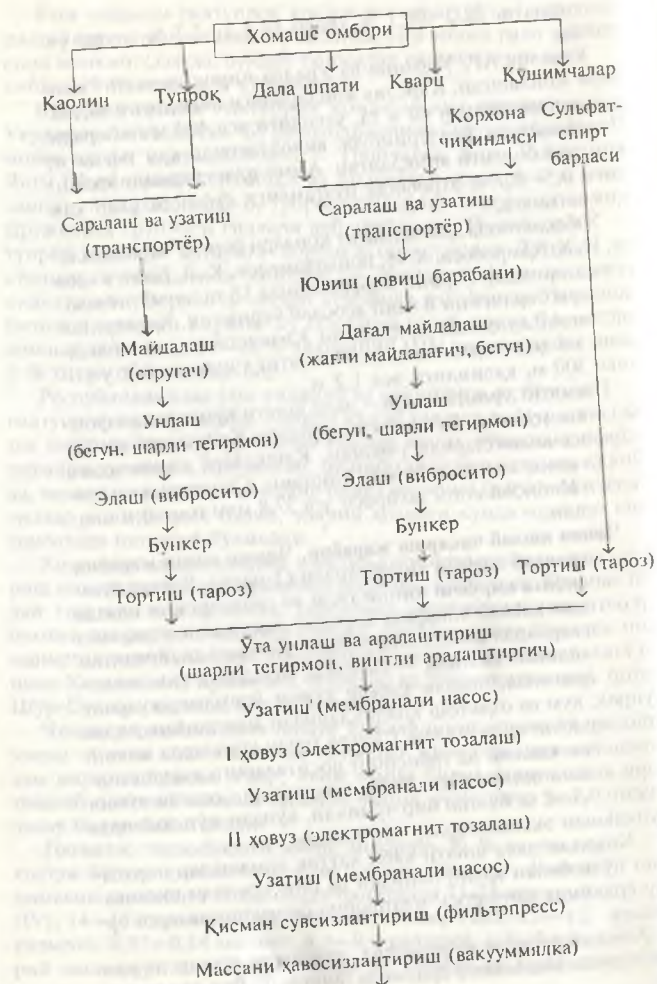


3- расм. Хўжалик ва бадий чинни буюмлар ишлаб чиқаришнинг технологик тизими.

порт воситаларига мотовоз, электровоз, осма симарқон киради. Рельсиз юк ташувчи воситаларга эса турли маркали автомашиналар, электролафет, скрепер ва бульдозерларни курсатиш мумкин. Юкларни жойдан-жойга узатиб туришда транспортёр ва экскаваторлардан, шунингдек, гидротранспортдан фойдаланилади. Каолин ва гилтупроқ юмшоқлиги туфайли валикли майдалагичда,

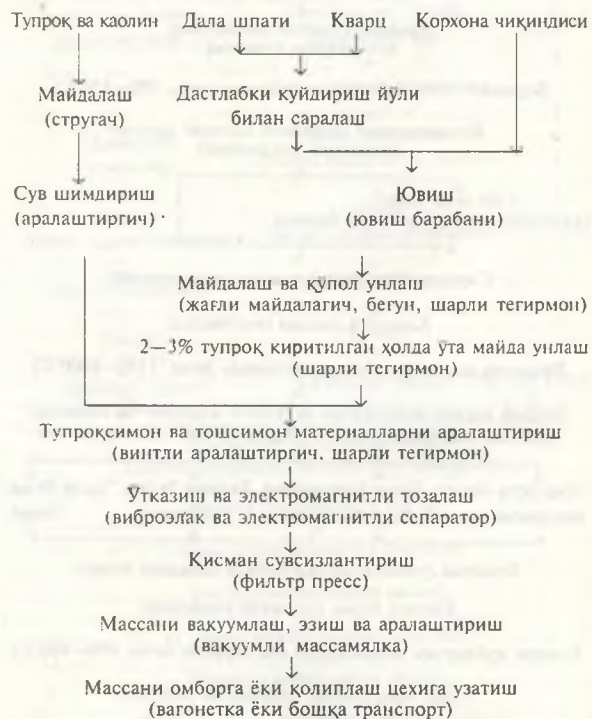

4- расм. Пластик чинни массасини сувли унлаш ва аралаштириш йули билан тайёрлаш схемаси.

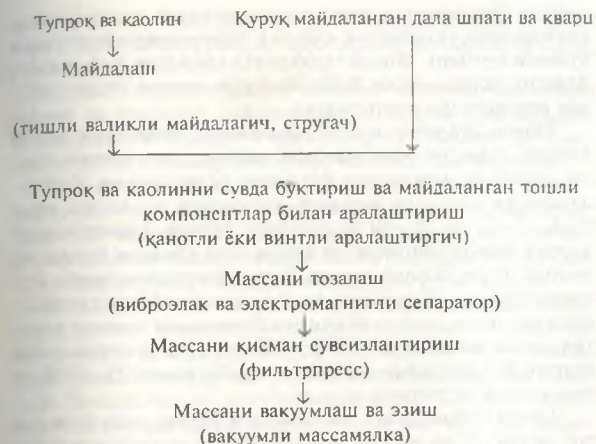

5- расм. Пластик массани қуқунланган тошсимон материаллардан фойдаланган ҳолда тайёрлаш схемаси.

кварц ва дала шпати эса қаттиқ ва мустаҳкамлиги сабабли жағли майдалагичларда 100-200 мм ўлчамда булакланади ҳамда болғачали, конус майдалагичларда 10—30 мм гача майдаланади. Ушбу мақсадда зарбли майдалагичлардан ҳам фойдаланса бўлади.

Гил, кварц ва дала шпати шарли тегирмонга узлуксиз ишлатиладиган механизмлар ёрдамида узатилади. Бу ерда майдаланиш жараёни 3—4 соат давомида ҳўл усулда бажарилади. Материаллар сувсиз ҳолдагига қараганда сувда яхши майдаланади, чунки сув майдаланаётган булакчаларнинг қаттиқлигини кескин камайтиради. Шарли тегирмоннинг иши тўла автоматлашганлиги сабабли доимо бир хил кучланишда серунум ишлаб, материалларни талаб қилинган даражада майдалаб аралаштиради. Одатда тегирмондаги материал, майдаловчи шар ва сув миқдори 1:1:1 нисбатда олиниб, 006 рақамли элакдаги қолдиқ 0,3—0,5 бўлгунга қадар давом этади.

3-расмда хомашёларга ишлов беришнинг қўп учрайдиган бир варианты берилган, холос. Хомашё тури, уларнинг

сифати ёки корхона шароитларидан келиб чиққан ҳолда келтирилган технологик схемага ўзгаришлар киритилган бўлиши мумкин. Мисол тариқасида қуйидаги 4—5-расмда пластик усулда масса тайёрлашнинг қисман ўзгартирилган вариантлари келтирилади.

Чинни буюмлар ишлаб чиқаришда яримқуруқ усули кукуни, пластик усул массаси, шликер ёки эритма маҳсус асбоб ва машиналар ёрдамида қолипланади. Қолипланаётган массалар намлиги юқоридаги усулларга кўра 6—8, 23—27 ва 35—40 % атрофида бўлади. Биринчи усул кўпроқ электр чинниси, иккинчи усул хўжалик буюми ва учинчи усул бадий чинни ёхуд санитария-техника буюмларини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Мисол тариқасида тақсимча, лаган каби чинни буюмларни олишда пластик масса намлиги 23—24 %, чойнак, кўза ва кувача каби мураккаб буюмларни олишда эса ушбу рақам 25—27 % га тенглигини келтириш мумкин.

Чинни буюмларга термик ишлов бериш технологияси энг мураккаб ва масъул жараён бўлиб, маълум даражада тайёр маҳсулотнинг сифатини таъминлайди. Қолипланган чинни фаянс буюмлари каби қурилади, сўнгра туннель печларида қуйдирилади. Сопол буюмлари каби бу ерда ҳам термик ишлов икки босқичда олиб борилади. Биринчи босқичда температура иккинчисига нисбатан камроқ бўлади. Масалан, хўжалик-маиший чинниси, аввал 900—950°С да қуйдирилади, сирти сирланади ва 1300—1350° да иккинчи марта қуйдирилади. Сўнгра маҳсулот юзаси бўялади ва унга «олтин суви» берилади.

Тайёр буюм сараланиб, сортларга ажратилади. Сўнгра маҳсус ящик ва контейнерларга жойланади ва тайёр буюмлар омборига жўнатилади.

Термик ишлов вақтида каолин, гил ва дала шпати парчаланади. Кварц эса полиморфизм ҳодисасига дуч келади. Натижада уч молекула алюминий (III) оксиди икки молекула кремний (IV) оксиди билан бирикиб, муллит номли ўта мустаҳкам, иссиқ ва совуқ таъсирга чидамли кимёвий тургун ва нинасимон моддани ҳосил қилади. Дала шпати эса масса таркибида кўзга илғамас ҳолда эриб, чиннининг ялтираши ва оқлигини таъминловчи шиша модда ҳосил қилади. Одатда, хўжалик-маиший чинниси таркибидаги бу шишанинг миқдори 40—50 % гача боради. Кварц

эса юқори температура таъсирида тридимит номли формага ўтади. Албатта, масса таркибида оз миқдорда бушлиқ ва ҳаво бўлади.

Шундай қилиб, хўжалик маиший чинниси таркибига муллит ва тридимит минераллари, шиша ва ҳаво киради. Чинни таркибига кирувчи хомашёлар нисбатининг бузилиши билан бу моддаларнинг ўзаро миқдори ҳам ўзгаради.

Тошкентлик олимлар томонидан яратилган янги фосфоритли чинни буюмларнинг таркиби эса бошқачароқ. Уларнинг таркибига муллит, анортит, апатит каби минераллар ва шиша моддаси киради. Баъзи вақтларда тайёр буюм таркибида витлокит номли минерал ҳам учраб туради.

Юмшоқ чинни массаси асосида тайёрланган маҳсулотларда муллит минерали учрамайди. Уларнинг таркибида шиша моддаси жуда кўп миқдорда бўлади. Бу эса ўз навбатида бундай буюмларнинг оқлиги ва шаффофлигини оширади. Бундай чинни таркибига фосфорли бирикмалар киритилса, у ҳолда шиша моддаси билан бир қаторда, анортит ва кристоболит минераллари ҳосил бўлади.

Чиннининг асосий хусусиятлари. Чиннининг синиги оқ, сополи зич ва уюшиб қотган бўлиб, сув ва газни ўтказмайди, мустаҳкам, иссиқлик ва кимёвий моддалар таъсирига чидамлидир. Санитария-гигиена ва механика жиҳатидан чинни мрамртош ва гранит каби табиий тошлардан ясалган буюмларга яқин туриши билан фаянс ва яримчинни массаси асосида ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан устун келади.

Санитария-техника чинни буюмлари маълум гидравлик босимга бардош бериш, кислота ва сув таъсирига чидамли бўлиши лозим. Уларнинг сув шимувчанлиги пол атрофида, шакли мунтазам, юзаси силлиқ бўлиши шарт.

Электротехника чинниси олдига катта ва масъулиятли талаблар қўйилган. Бундай маҳсулотлар хўжалик ва қурилиш чиннисига кўра эгилиш ва узилишга ўта чидамли бўлмоғи даркор. П-3, П-4, 5 ва П-6 изоляторларнинг бир минутлик узилишга қаршилик кўрсатиши 2400—4800 кг гача боради. Электр токи таъсирида уларнинг қаршилик кўрсаткичи эса 4000—8000 килограмм атрофидадир. ШС-6, ШС-10, ШД-20 ва ШД-35 маркали изоляторларнинг 1 см² юзасининг эгилишига чидамлилиги 1400—3000 кг га тўғри келади. Электр токига қаршилик кўрсатиши эса 1×10^{12} — $3,74 \times 10^{14}$ см гача боради.

1487—71 рақамли тармоқ стандарти бўйича бундай буюмларнинг оқлиги барит пластинкасиникига солиштирилганда 55—70 % ни ташкил қилади. Улар иссиқ ва совуқнинг кескин узгаришига саккиз марта чидамли, 1 см² юзанинг эгилишига қаршилиги 700—900 кг, 20—800° оралиғидаги кенгайиш коэффициентлари 40—50×10⁻⁷ град.⁻¹ га тенг бўлиши зарур. Уларнинг сув ва бошқа суюқликларни шимувчанлиги 0—0,5 % атрофида бўлади. Бундай буюмларнинг 1 см² ҳажмига тўғри келадиган оғирлиги 2,25—2,42 г атрофидадир.

Чиннининг халқ ҳўжалигидаги аҳамияти. Чиннидан ясалган маҳсулотлар қурилиш, техника ва ҳўжаликда катта аҳамиятга эга. Қурилишда асосан санитария чиннисидан тайёрланган буюмлар ишлатилади. Улар мустаҳкамлиги, кимёвий тургун ва иссиқ-совуққа бардошлилиги билан алоҳида ажралиб туради.

Техникада қўлланиладиган чинниларга юқори ва паст вольтли, тешиш кучланиши 500 В дан юқори ва 500 В гача бўлган изоляторлар киради. Улардан биринчиси частотаси 50 ГЦ, кучланиши эса 1 кВ дан юқори бўлган электр токини узатишда қўлланилади. Иккинчи тур изоляторлар ҳўжаликда кучланиши 500 В дан ошмайдиган электр токини узатишда ишлатилиб, улар ўрнатиловчи изолятор деб аталади.

Глиноземли чинни номи билан аталувчи массада техникада ўта мустаҳкам покришқа, қувур, радио антенналарнинг изоляторлари, юқори вольтли ўтказувчан изоляторлар, шунингдек, металлокерамика маҳсулотлари олинади.

Кейинги йилларда чинни маҳсулотларнинг халқ ҳўжалигидаги аҳамияти янада ортди. Японияда автомобилларнинг занг олмас ва мустаҳкам моторининг қобиғи чиннидан ясалди ва синовдан муваффақиятли ўтди. Собиқ Иттифоқнинг қўпгина заводлари, шу жумладан, Тошкент ва Самарқанд чинни заводи инженерлари чинни асосида кошнлар яшаш ва шу йўл билан табиий мармартўш ва гранит плиталарнинг ўрнини босиш устида илмий талқикўтлар олиб бормоқдалар. Ситаллаштирилган чинни массаси асосида подшипник, радиатор, циклон, фонтан, ҳайкалча, мозаика, панно яшаш мумкин.

Аҳолининг чинни буюмларга бўлган эҳтиёжи борган сари кўпроқ қондирилмоқда. Тошкент, Самарқанд, Қува-сой ва Хива чинни корхоналарида ишлаб чиқарилаётган буюмларнинг тури 50 дан ортиб кетди, уларнинг сифати ҳам борган сари яхшиланиб бормоқда. Республикамизда ишлаб чиқарилаётган чинни буюмларда миллий безаклар, анъанавий нақшлар, халқ санъаткорларининг ижоди янада кўпроқ акс эттирилиши мақсадга мувофиқдир.

Чинни уй-рузгор буюми бўлибгина қолмай, балки санъат асари ҳамдир. Шу сабабли чиннисоз ижодкорлар рас-сом ва ҳайкалтарошлар билан биргаликда кўпроқ изла-нишлар олиб боришлари лозим. Бу ўз навбатида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар турини дид билан қўпайтиришга ҳамда катта талаб билан харид қилинишига олиб келади.

Корхоналарнинг тула қувватда ишлаши ва маҳсулот сифатини яхшилаш, уларнинг таннархини арзонлашти-риш учун юқори сифатли хомашё керак. Ангрен ва Қора-қалпоқ АР каолинга, Битоб, Чияли ва Илонсой дала шлати ва кварца, Бухоро оқ кум ва фосфоритларга жуда бой. Республикамизда волластонит ва аляскит каби чинни хом-ашёлари етарлидир. Чинни буюмларни қопиллаш учун иш-латиладиган гипсни Ангрен керамика комбинати ёки Оҳан-гарон цемент заводида тайёрлаш мумкин. Шунга қарамай каолин билан оқ тупроқ Украинанинг Дружовка ра-йонидан, пегматит Карелиянинг Чупа районида, гипс Самара шаҳридан келтирилмоқда.

Олимлар нозик чинни буюми ҳамда ёдгорликларни тай-ёрлаш учун керакли масса ва бўёқларнинг янги турларини топишлари, муҳит таъсирига чидамли сирларни ишлаб чиқаришга изчиллик билан жорий қилишлари зарур. Тош-кент Кимё-технология институтининг олимлари томони-дан яратилган паст температурада сополаги пишувчи фос-форитли чинни массасини изчиллик билан ишлаб чиқа-риш зарур. Бу ўз навбатида катта миқдордаги ёқилғи ва хомашёни тежаш, куйдириш печларининг узлуксиз ремонт муддатини кескин узайтириш имкониятини берган бўлар эди.

Ўзбекистон чиннисозлари замондошларимизнинг юк-сак талабларига ижодий меҳнатлари билан жавоб бериб, турмушимиз равнақиға ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшмоқдалар. Улар бундан кейин ҳам чиннисозликни ҳар жиҳатдан такомиллаштириб борадилар.

Оловбардош тошларнинг яратилиши. Чўян ва пўлат ишлаб чиқариш, қолаверса уларни эритиш ҳажми оғир саноатнинг қудратини белгиловчи омил бўлиб ҳисобланади. Лекин металлургия соҳасида эришилган улкан ютуқларни техник воситаларсиз тасаввур қилиш қийин. Масалан, металл эритадиган печни олайлик. Юзаки қарашда у гўё оддий гиштдан қурилгандай кўринади. Аслида унга ишлатилган гишт оддий гишт эмас. Агар бундай печга оддий гишт ишлатилса, металл эрийдиган температура таъсирида печнинг деворлари бутунлай эриб кетган бўлар эди. Ваҳоланки, улар жуда юксак температурага ҳам бардош беради.

Хўш, металл эритиладиган печларнинг деворига қандай гишт ишлатилган? Уларни табиатнинг ўзи яратганми ёки улар инсон меҳнати, ақл-заковати ва ижодининг маҳсулими?

Юксак температура ва эриган металл таъсирида емирилмайдиган, ўтда ёнмайдиган, сувда зангламайдиган ўта пишиқ сунъий тошлар зукко олимларимиз меҳнати ўлароқ асримизда яратилган керамика маҳсулотлари сирасига киради.

Гранит, оҳактош, қумтош оловбардош табиий материалдир. Тош даврида инсон оловбардош табиий материаллардан ўчоқ ва печкалар қуриб, тураржойларни иситган, таом тайёрлаган. Қадим замонларда табиий тошлардан қурилган чиройли оромгоҳ-қасрлар, обидалар, ёдгорликлар ва ҳоказолар бизнинг замонамизгача сақланиб қолган. Хуллас, инсон кўп асрлардан буён шундай ноёб тошларга катта маҳорат билан сайқал бериб, нафис безаклар, нақшлар солиб, табиатнинг жозибали обидаси, ёдгорлиги сифатида авлоддан авлодга мерос қолдирмоқда.

Қадимда Хитойда оловбардош тошдан кенг қўламда ва турли мақсадларда фойдаланиш яхши йўлга қўйилган. Масалан, эраминдан уч минг йил муқаддам хитойлар рудадан ушбу материаллар воситасида қимматбаҳо моддаларни симоб иштирокида қотишма ҳолида ажратиб олиш усулини топганлар ва улар ёрдамида баъзи юқумли касалликларни даволаганлар.

Ҳозирги Марказий Осиё, Кавказорти ва Эрон ҳудудларида Ўрта асрларда яшаган халқлар тупроққа турли

қўшимчалар аралаштириб оловбардош материалларнинг энг оддий турларини яратганлар. Қадимги кимёгарлар, яъни илми симъё намояндалари ана шундай материаллардан ясалган ва махсус сир билан қопланган кўзача ва идишларда оддий маъданларни қиздириб, уларни қумуш ва олтинга айлантиришга уринганлар. Уларнинг симобдан олтин олиш борасидаги уринишлари зое кетган бўлса-да, ўтказилган тажрибалар симоб каби моддаларнинг кимёвий таркиби ва хоссаларини аниқлашга ёрдам берган, руда таркибидаги олтин ва қумушни симоб воситасида ажратиб олиш мумкин эканлигини кўрсатган. Ўша даврларда галаба рамзи ҳисобланган ва диний байрамларда бўёқ сифатида ишлатилган, косметика ва фармацевтика эҳтиёжлари учун фойдаланилган машҳур қизил бўёқ ҳам киновар минералидан ёки сунъий симоб сульфиддан ана шундай оловбардош кўзаларда эритиб олинган ва сақланган.

XII асрнинг охирида Чингизхоннинг ҳарбий юришлари вақтида бу ўлкалар аҳолиси қириб ташланиши оқибатида қадимги қулол-кимёгарларнинг оловбардош маҳсулот тайёрлаш усуллари деярли унутилиб кетган.

Мис билан қалай қотишмасидан иборат бронзанинг пайдо бўлиши қулолчилик билан дегрезчилик касбини бирлаштирди. Натижада табиий тош ва гилнинг махсус турлари асосида сунъий гишт, ихчам кўзалар тайёрлаш усули вужудга келди.

XIV—XV асрларда рудадан темир ажратиб олиш ва темирдан қулол-аслаҳа тайёрлаш кенг йўлга қўйилди. Бу эса, ўз навбатида, металл ишлаб чиқариш саноатига асос солди. Европада шу даврда биринчи домна печлари қурилиб, оловбардош маҳсулот тайёрлана бошланди ва уларнинг миқдорини кўпайтириш, сифатини яхшилаш зарурати тугилди.

Кейинчалик пўлат ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Шу муносабат билан чўяндан пўлат оладиган махсус қурилмалар-конвертор ва мартен печлари барпо этилди. Бу эса, ўз навбатида, оловбардош маҳсулотларнинг янгидан-янги турларини пайдо бўлишига олиб келди ва унинг иссиққа чидамлилигини ошириш устида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини жадаллаштиришни тақозо қилди.

XX асрнинг 50-йилларидан бошлаб оғир саноатнинг барча соҳалари, шу жумладан оловбардош маҳсулот иш-

лаб чиқариш тармоғини юксак суръатлар билан ривожлантириш чоралари кўрилди. Саноатни хомашё билан таъминлаш учун биринчи навбатда кон қидирув ишларига катта эътибор берилди. Шу мақсадда геолог-мутахассислардан иборат қидирув отрядлари ташкил этилиб, Урал, Кавказ, Украина, Қозғистон, Урта Осиё ва бошқа улкаларга юборилди. Республикамизнинг кўпгина районларида ҳар хил фойдали қазилмалар, жумладан, каолин, магнезит, доломит, кварц, алунит, боксит, хромит, талк конлари топилди. Шуни айтиш лозимки, Ўзбекистонда олиб борилган геологик-қидирув ишлари натижасида бошқа конлар қатори Ангренда каолин захираси борлиги аниқланди.

Саноатнинг оловбардош маҳсулот ишлаб чиқарадиган тармоғини кенгайтириш, топилган хилма-хил хомашёни чуқур физик ва кимёвий анализ қилиш, тайёр маҳсулотнинг турини кўпайтириш ва унинг сифатини яхшилаш, структураси ва хусусиятларини кенг ўрганиб, классификациялашга ўзбек олимлари ҳам катта ҳисса қўшмоқдалар.

Республикамиз, шу жумладан, Тошкент олимлари ҳам бу соҳада муҳим изланишлар олиб боришмоқда. Масалан, Тошкент Кимё-технология институтининг кимё-технология факультетидаги олимлар Ўзбекистоннинг Ангрен каолини ва Туркманистоннинг Бадхиз алунити асосида оловбардош шамот гишти тайёрлаш йўлини ахтармоқдалар. Тошкент Темир йўллари институти олимлари ҳар хил қўшимчалардан оловбардош маҳсулот олиш учун энг мақбул композиция танлаш, тайёр буюмнинг хусусиятларини ўрганиш юзасидан тадқиқот олиб бормоқдалар.

Оловбардош материаллар. Юксак температурага бардош бера оладиган маҳсулотлар ва материалларнинг тури жуда кўп. Шундай материал олинадиган хомашёнинг хили янада кўпроқдир.

Саноат қурилишида ишлатиладиган оловбардош материаллар хомашёнинг физик ва кимёвий табиатига, кимёвий-минералогик таркибига ҳамда тайёрлаш технологиясига қараб асосан саккиз гурппага ажратилади: 1) кремнезёмли, 2) алюмосиликатли, 3) магнийли, 4) хромли, 5) цирконийли, 6) углеродли, 7) оксидли ва 8) кислотасиз модладан иборат материаллар. Ҳар бир гурппа

композиция ташкил этувчи асосий минералларнинг ўзаро нисбатига қараб типларга ажратилади. 1-гурппага — дианасли ва кварцли тип, 2-гурппага — шамотли, юксак глинозёмли ва яримнордон тип, 3-гурппага — магнезитли, доломитли, форстеритли ва шпинелли тип, 4-гурппага — хромитли, хром-магнезитли ва магнезит-хромли тип, 5-гурппага — цирконийли ва цирконли тип, 6-гурппага — коксли ва графитли тип, 7-гурппага — оксидли ва 8-гурппага — қарборундли ва бошқа типлар кирази.

Маҳсулотлар тайёрлаш усули, шакли ва ўлчами, қурилиши, юқори температура ҳамда кислота таъсирига чидамлилиги ва бошқа хусусиятларига қараб гурппа ва турларга ажратилади.

Оловбардош маҳсулотлар шакллаш усулига кўра, шликер ёки эритмадан қуйилган, пластик формовка қилинган, яримқуруқ прессланган, қуруқ куқунсимон массадан пресслар ёрдамида жипслантирилган, тоғ жинси ва қуйма блоклардан аралаб ясалган турларга ажралади. Термик ишлов берилиши жиҳатдан улар қуйдирилган (шамот гишт) ва эритиб қуйилган (кварцли блок) маҳсулотларга, синдириб кўрганда юзасининг структурасига қараб майда толали ва йирик толали тузилишдаги буюмларга ажратилади. Қуйиш жараёнида майда заррачаларнинг бирибирига ёпилиши даражасига қараб, маҳсулотнинг танаси тош қотган ёки ковакли бўлиши мумкин. Танаси тош қотган гишт мустаҳкам, синдирилган юзаси ялтироқ чиғаноқсимон бўлади, очиқ ва туташган ғовакли бўлмайди. Танаси ковакли гишт ялтирамайди, юзаси хира, бузранг ва бирмунча ғовак бўлади.

Оловбардош материаллар шакли ва ўлчамига кўра «тўғри» ва «қийиқ» нормал гиштлар ҳамда олдий, мураккаб, ўта мураккаб ва йирик блок шаклдор буюмларга, температурага чидамлилиги жиҳатидан ўтга чидамли (1580—1770 °C), юқори температурага чидамли (1770—2000 °C) ва жуда юксак температурага чидамли (2000 °C дан юқори) турларга ажратилади.

Оловбардош дастлабки сунъий маҳсулот алюмосиликатли ва кремнезёмли гиштдан иборат. Бундай гишт қуйиш учун созтупроқни қуйдириб ҳосил қилинган оловбардош лой, яъни шамот билан қум жуда қўл келди. Таркибида алюминий оксиди кўп бўлган қуйдирилмаган гилга

Табиатда соф хромитнинг жуда катта конлари борлиги ҳам маълум. Масалан, Қозоғистондаги ва Уралдаги конлардан қазиб олинаётган хромит МДХнинг ва айрим чет эл мамлакатларининг хромга бўлган эҳтиёжини тула қондирмоқда.

Форстерит ғишт тайёрланганидан хомашё оливинит Кола яриморлидаги ва Кавказдаги конлардан, дунит Украинанинг ўрта ва шимолий районларидаги, Свердловск областининг Нижний Тагил районидаги конлардан, тальк эса Урал, Украина ва Шарқий Сибирдаги конлардан қазиб олинади.


Цирконийнинг асосий ва йирик конлари Бразилия ҳудудидадир. МДХ да циркон эвдолит минералидан олинади. Кейинги вақтларда олиб борилган геологик ва минералогик изланишлар шуни кўрсатдики, МДХ ҳудудида ҳам нефелин-сиенит орасида соф ва бирламчи циркон қаватлари учрамоқда.

Оловбардош материалларнинг оксидли, карбонли, кислотасиз турлари ҳам яратилди. Уларни магний, торий, гафний, бериллий, алюминий, уран каби оксидлар асосида олиш мумкин. Агар магний ва гафний оксидларининг суюлиш нуқтаси 1825° ва 2900° С бўлса, торий оксидли ғиштлар 3200° га бардош бера олади. Тошқўмир кокси ёхуд графитдан $1100\text{--}1450^{\circ}$ С да қуйдириб тайёрланган карбонли ғишт, блок ва деталлар 3700° С га, сув ва кислота таъсирига чидамлилиги, домна тошқолига инертлиги, электр токини яхши ўтказиш каби хусусиятлари билан юқорида айтиб ўтилган материаллардан ажралиб туради. Кислородсиз карбид, нитрид, борид, силицид ўта юқори температурадаги эриши, ўта қаттиқлиги, шунингдек, ўзига хос электр, магнит ва кимёвий хоссалари билан фарқ қилади. Масалан, титанли карбиднинг қаттиқлиги Моос даражаси бўйича 9,2—9,5; бир квадрат сантиметр юзасининг сиқилишга чидамлилиги 22500 кг. Борли нитрид яхши диэлектрик бўлиб, эриш температураси 2350° С. Цирконийли борид иссиқликка чидамлилиги ва қайтарувчи муҳитга ўта турғунлиги билан ажралиб туради. Молибденли силициднинг электр қаршилиги кам, қўзилишга чидамлилиги эса бир квадрат сантиметр юзага ҳисобланганда 6000 кг.

Хулоса қилиб айтганда, оловбардош маҳсулотлар тури хомашёси, хоссалари ва имкониятлари жиҳатдан олатдаги

керамика буюмларидан фарқ қилади. Улар оддий ғишт, сопол ва чинни буюмлардан фарқли юқори температурада ўз хоссасини ўзгартирмайди. Уларга ҳатто эриган металл, шлак, шиша, цемент ва бошқа кимёвий бирикмалар ҳам таъсир этмайди. Оловбардош маҳсулотлар баъзан иссиқликни яхши ўтказди, баъзан эса аксинча, иссиқликни сақловчи вазифасини ўтайди. Шу жиҳатдан табиатдаги бирон бир табиий ёки сунъий материал уларнинг ўрнини боса олмайди.

Оловбардош ғишт тайёрлаш. Оловбардош ғиштларнинг ишлаб чиқариш технологик тизимлари ўта мураккаб ва

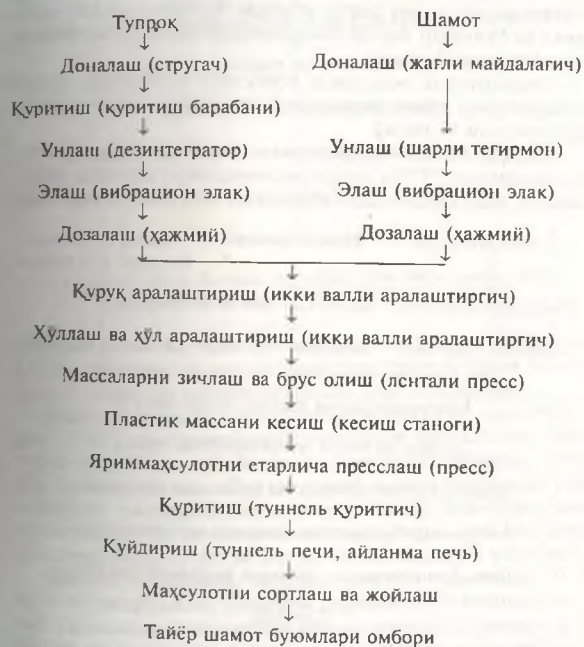

6-рису. Пластик пресслаш усулида шамот ғишти олишнинг технологик схемаси.


хилма-хилдир. Купинча, хомашё тури ва олинадиган маҳсулот сифатига қўйилган талаблар асосида тизим ўзгариб боради.

Оловбардош маҳсулотлар ичида энг кўп ишлаб чиқариладигани шамот ва динас ғишглاردир. Қуйида биз пластик пресслаш усулида шамот ғишти ва унинг энгил вазли турини олиш ҳамма 150 кг/см^2 босимда пресслаш йўли билан динас ишлаб чиқаришнинг энг содда технологи тизимларини келтиришимиз (6—8-расмлар).


Оловбардош шамот маҳсулотларининг яна бир тури маъжуд. Бундай материаллар энгил иссиқлик сақловчи шамот материаллари номи билан аталади. Қуйида шундай материал ва буюмлар ишлаб чиқаришнинг технологик тизими келтирилади (7-расм).

Солиштириш мақсадида пресслаш йўли билан ишлаб чиқарилувчи динас ғиштининг технологик тизими қуйида берилди (8-расм).

МДХда ишлаб чиқариладиган жами оловбардош маҳсулотларнинг 75 %и шамот материаллари асосида тайёрланади; улар таркибидаги алюминий (III) оксидининг миқ-

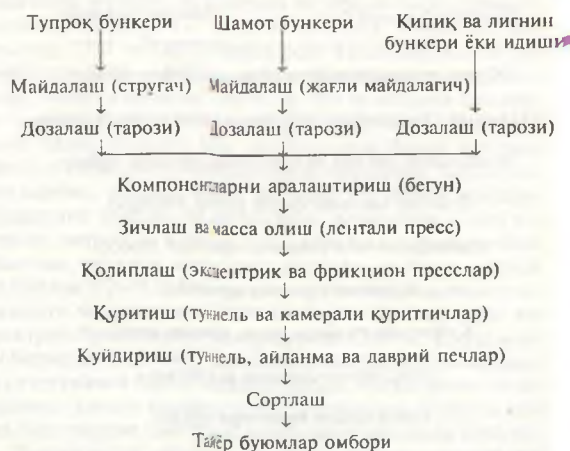

7-расм. Энгил вазли шамот ғишти тайёрлашнинг технологик тизими.

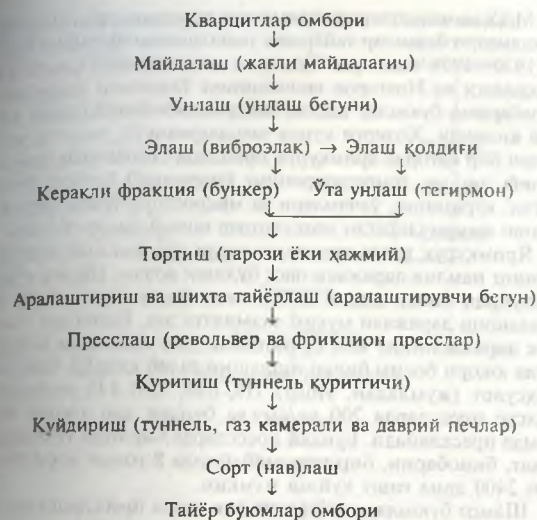

8-расм. 150 кг/см^2 босимда пресслаш йўли билан динас ғишти ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси.

дори 28—45 % га тенг. Оловбардош яримнордон ва каолинли материаллар ишлаб чиқариш технологияси шамот ғишти тайёрлаш технологиясидан фарқ қилмайди.

Шамот буюмлари хомашёси сифатида икки компонентдан: 1580°C да эримайдиган созтупроқ ёки каолин (боғловчи модда) ва оддий шамот (сувсизлантирилган асос) дан фойдаланилади. Одатда оддий шамот сифатида ўтда тобланиб, дисперс ҳолга келтирилган гил ёки қумтупроқ ишлатилади. Бу компонентларнинг ўзаро нисбати фоиз ҳисобида олганда 40 ва 60, 50 ва 50, 60 ва 40 атрофида.

Шамот буюмлари, асосан, намлик даражаси 20 % бўлган хамирсимон, ёпишқоқ қоришмани пластик пресслаб яратилади. Аммо ҳозир уларни намлик даражаси 9 % бўлган кукунсимон аралашмани яримқуруқ ҳолда пресслаб олиш мумкинлиги ҳам аниқланган ва ишлаб чиқаришга жорий этилган.


МДХ мамлакатларида яримкуруқ пресслаш схемаси бўйича шамотли буюмлар тайёрлаш технологияси биринчи марта 1930—1931 йилларда Воронеж вилоятининг Семилуки шахридаги ва Новгород вилоятининг Боровичи шахридаги оловбардош буюмлар ишлаб чиқариш комбинатларида жорий қилинди. Ҳозирги кунда заводларимизда пластик усул билан бир қаторда яримкуруқ пресслаш схемасидан фойдаланиб, пишиқ, температуранинг ўзгаришига бардош берадиган, қуриниши, ўлчамлари ва микроструктураси бир хил бўлган юқори сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда.

Яримкуруқ ҳолда пресслаш усули қўлланганда қоришманинг намлик даражаси паст бўлиши лозим. Шунга кўра, созтупроқ билан оддий шамотнинг йирик-майдалиги ва аралашishi даражаси муҳим аҳамиятга эга. Қоришма намлик даражасининг кам бўлишлиги, уни пресслаш жараёнида юқори босим билан ишлашни талаб қилади. Одатда, маҳсулот (жумладан, ғишт) ПК-630, СМ-143 типидagi махсус прессларда 200 кг/см^2 ва бундан ҳам юқори босимда прессланади. Бундай прессларда бир йўла тўрт дона ғишт, бинобарин, бир соат мобайнида 8 тонна қоришмадан 2400 дона ғишт қуйиш мумкин.

Шамот буюмларини яримкуруқ ҳолда пресслаш схемаси 9-расмда келтирилган.

Пластик пресслаш усулида (6- ва 7- расмлар) сув ва ёқилғи кўпроқ сарф бўлади; бу усулда ғишт ишлаб чиқариш технологик жараёни қуйидаги ўн тўрт операцияни ўз ичига олади: 1) созтупроқ, каолин, қумтупроқ ва оддий шамотни майдалаш; 2) созтупроқ ёки каолин қуритиш; 3) созтупроқ ва бошқа компонентни туйиш; 4) элаш; 5) тортиш; 6) компонентларни қуруқ ҳолида аралаштириш; 7) намлаш ва қориш; 8) қоришмани пишитиш ва узунчоқ зувала қилиш; 9) зувалани кесиб булаклаш; 10) хом ғиштни қисман қайта пресслаш; 11) қуритиш; 12) пишириш; 13) ғиштларни сортларга ажратиш ва 14) тайёр ғиштларни омборга жойлаш.

Қоришмани пишитиш ва зувала қилиш технологик жараёнининг энг муҳим операцияларидан ҳисобланади; бу ишлар тасмали ётиқ прессларда 10 кг/см^2 гача босим таъсирида амалга оширилади. Пишитилган узунчоқ зувала (брус) керакли ўлчамдаги булакларга кесилиб, улар яна прессга жўнатилади. Бу қўшимча операция $30\text{--}40 \text{ кг/см}^2$ босим таъсирида амалга оширилади. Прессдан чиққан хом ғиштнинг сирти текис, бурчаклари тўғри бўлади.

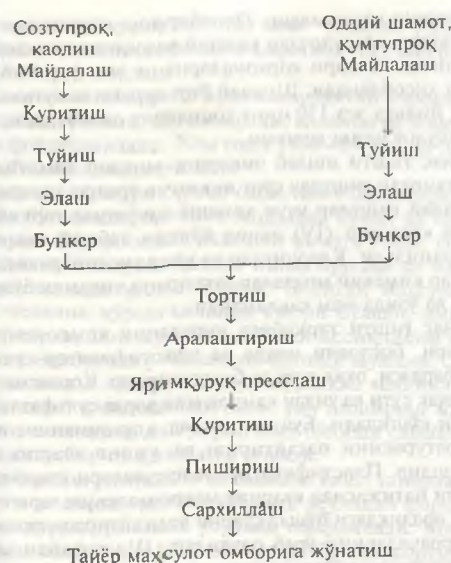

9-расм. Яримкуруқ усулда пресслаш орқали шамот буюмларни ишлаб чиқариш технологик схемаси.

Оддий шаклдаги буюмлар яримкуруқ ҳолда прессланади, мураккаб шаклдаги буюмлар учун пластик пресслаш усули қўлланилади.

Қолипланган ғишт (буюм)ни пишириш ҳам мураккаб ва муҳим операция ҳисобланади. Қолипланган (прессланган) буюмлар узунлиги 120 м, эни 3 м ва баландлиги 2,1 м бўлган туннель печларида юқори температурада пиширилади. Бундай печга бир йўла узунлиги 3 м ва оғирлиги 14 т келадиган 40 та вагон жо бўлади. Буюмни $1350\text{--}1400^\circ\text{C}$ да 40 соат давомида пиширилади.

Пишириш жараёнида ($100\text{--}600^\circ\text{C}$ да) буюмнинг таркибидаги механик, гигроскопик ва кимёвий сув бугланиб, ўзида 1000°C ва ундан юқори температурада уч молекула алюминий (III) оксид ва икки молекула кремний (IV) оксид сақлаган муллит минерали ҳосил бўлади. Муллит

оловбардош минералдир. Оловбардош муллит минералидан ясалган маҳсулотлар ажойиб хусусиятларга эга.

Туннель печлари корхоналарнинг энг қимматбаҳо ускунаси ҳисобланади. Шундай бир агрегатда суткасига 350 тонна, йилига эса 130 минг тоннагача оловбардош сифатли маҳсулот олиш мумкин.

Динас ғишти ишлаб чиқариш миқдор жиҳатидан дунёда шамотли ғишдан сўнг иккинчи ўринда туради. Одатда, бундай ғишлар учун хомашё сифатида таркибида 95 % гача кремний (IV) оксид бўлган табиий кварцитдан фойдаланилади. Кварцитлар ва улардан тайёрланган маҳсулотлар кимёвий моддалар таъсирига чидамли бўлиб, ёнмайди ва ўзида нам сақламайди.

Динас ғишти таркибига кирадиган компонентлардан яна бири, боғловчи модда ва пластификатор-сульфатли спирт бардаси, оҳак сути ва бошқалардир. Қоришмага 0,2—2,5 % оҳак сути ва ундан камроқ миқдорда сульфатли-спирт бардаси қўшилади. Бундан мақсад қоришманинг пишиш температурасини пасайтириш ва унинг эластиклигини оширишдир. Пластификатор молекулалари ўзаро таъсирлашиши натижасида кварцит макромолекулалари орасига кириб, ораликдаги бўшлиқларни кенгайтирадilar ва кварцит заррачаларини ўраб оладилар. Шу туфайли кварцит заррачаларининг ўзаро тортишув кучи камайиб, улар бир-бирларига нисбатан тез ва енгил ҳаракатлана бошлайдилар.

Қоришмага қўшиладиган боғловчи модда ва пластификаторларнинг турини ва миқдорини тўғри танлашнинг катта аҳамияти бор. Чунки буюмнинг физик-механик хоссалари ва емирилмаслиги (пишиқлиги) кўп жиҳатдан ана шунга боғлиқ. Боғловчи модда ва пластификаторлар кам учувчан, эриш температураси паст, ҳидсиз ва кварцитга яхши аралашадиган бўлиши керак.

Динас ғишти ишлаб чиқариш, асосан, қуйидаги босқичлардан иборат: 1) кварцит, кварц ёки қумтупроқни кондан қазиб олиш; 2) хомашёни корхона складига ташиш; 3) кварцит ёки кварцни майдалаш; 4) хомашёни туйиш; 5) кварцит кукунини элаб, йирик-майдалиги жиҳатидан фракцияларга ажратиш; 6) асосий ва қўшимча компонентларни дозалаш; 7) компонентларни аралаштириш (қоришма тайёрлаш); 8) шихтани пресслаш; 9) хом

динас ғиштни қуришиш; 10) хом ғиштни пишириш; 11) пишиган ғиштни сортларга ажратиш; 12) тайёр маҳсулотни омборга жойлаш.

Хом ғиштни пишириш жуда маъсулиятли жараён бўлиб, бу мақсадда туннель, газ камерали, айланма ва бошқа печлардан фойдаланилади. Хом ғишт 1400—1450°C да 120—455 соат мобайнида пиширилади.

Печда температура ортган сари, ғишт таркибидаги қолдиқ нам буғланади, органик моддалар қуяди ва кремний (IV) оксиди бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтади. Натижада тридимит минералларнинг нина, призма ва найзасимон кристаллари ҳосил бўлади. Олинган маҳсулотнинг физик-механик кўрсаткичлари юқори бўлади, аммо полиморф турларнинг кўплиги сабабли иссиқликни кескин ўзгариши оқибатида у чидамсиз бўлиши мумкин.

Динас ғишти тайёрлаш учун мураккаб машина ва ускуналар талаб қилинмайди, аммо уни пишириш жараёни узоқ давом этиши ва иш унуми паст бўлиши сабабли бундай ғишлар бир оз қимматга тушади.

Оловбардош углеродли ва оксидли ғишт тайёрлаш усули шамот ва динас ғишти тайёрлаш усулидан фарқ қилади. Улар қуруқ пресслаш усулида тайёрланади. Масалан, таркибида алюминий (III) оксид кўп бўлган корунд буюми тайёрлаш учун хом ашё, яъни альфа-глинозём моддаси 1450—1600°C да қуйдирилиши, сўнгга зарраларининг йириклиги 2—3 микронга тенг бўлгунча туйилиши лозим. Ана шу қуқунга озгина парафин, смола, елим ёки полимер қўшилади; шу аралашма қуруқ пресслаш усулида қолипланиб тегишли шаклга киритилади. Хом маҳсулот махсус печларда 1700°C да пиширилади.

Агар корунддан ўта қалин деворчали ёки мураккаб шаклли буюм ясаладиган бўлса, у ҳолда қуйдирилган альфа-глинозём кукунидан намлик даражаси 40—50 % бўлган шликер тайёрланиши керак. Шликер гипс ёки гилдан тайёрланган қолипларга қуйилади, қолиплардан олингач, юқори температурада пиширилади.

Бериллий оксиди асосида оловбардош буюмлар тайёрлашда таркибида бериллий (II) оксид кўп бўлган табиий берилт минерали ишлатилади.

Кейинги йилларда оловбардош материалларнинг яна бир тури яратилди. Бу анча енгил, иссиқлик-изоляция мате-

риалидир (7- расм). Янги материал ўтга чидамлилиги ва кимёвий таркиби жиҳатидан шамотли, каолинли ва юксак қори глинозёмли турларга ажралади.

Бу материалдан тайёрланадиган буюмларни ўта энгил, ғовак ёки кўпиксимон ҳолга келтиришнинг бир неча усули — физикавий, кимёвий ва механикавий усуллари бор. Оловбардош буюм тайёрланадиган қоришма (аралашма) га қиздирганда парчаланиб газ ҳосил қиладиган бирор органик ёки минерал моддани қўшиш ана шу усуллардан биридир. Канифоль совуни, сапонин, қиртиш елими, доломит, сульфат кислота, гипс ёки алюминий кукунни қўшилган аралашма усти ёпиқ қолипларда қиздирилганда, ажралиб чиқаётган пуфакчалар қоришмани кўпиклаштиб юборади. Натижада буюм ғовак бўлиб қолади. Ғовак пластлардаги ғовакчалар бир-бири билан туташиб кетади, кўпик пластларда эса улар алоҳида-алоҳида ғовакчалар ҳолида бўлади.

Иккинчи усул шундан иборатки, қоришма (аралашма) га кокс, нефть кокси, антрацит, термоантрацит, тошқумир, қипиқ, торф каби моддалар қўшилади. Сунунга қоришма пластик ёки яримқуруқ усулда прессланади, сунгра пиширилади. 500—1000°С да мазкур органик моддалар куйиб кетади, улар ўрнида жуда кўп майда ғовакчалар пайдо бўлади.

Бундай энгил вазили маҳсулотлар оловбардош буюмларнинг барча хусусиятларини ўзларида сақлаб қолгани ҳолда иссиқликни кам ўтказадилар ва айнан шу билан улар бошқа оловбардош материаллардан устун турадилар.

Оловбардош материалларнинг ишлатилиш соҳаси. О Оловбардош ғиштлар, асосан қора металлургия саноатида а чуян ва пулат эритиладиган домна, мартен, кислородли конвертор ва электр печларнинг ички деворларида ишлатилиди. Шунингдек, пулат қуйиш қурилмаларининг чулмуни, стакан, тиқин ва втулкалари каби қисмлари ҳам шу шундай материаллардан ясалади. Саноатдаги печларнинг ёки қура-ларнинг пойдевори ва деворларига ҳам шамот, муллит, муллит-корунд, корунд каби материаллар ишлатилиди. Кейинги вақтларда металл эритиш комбинатлари пирокат цехларининг улкан иситувчи печларида корунд ва муллит каби материални қўлланилиши катта иқтисодий самара бермоқда.

Динас ғиштлар иссиқлик таъсирида 15 % га кенгайди. Шунга қўра, улар ҳамма вақт юксак температура таъсири остида бўладиган иншоотларнинг гумбазига, ҳаво исит-гичларнинг иссиқлик тарқатувчи қисмларида ишлатилиди. Печларнинг тез емириладиган қисмлари, пулат қуйиш қолиплари магнетитли ғиштлардан терилади.

Рангли металлургия саноатида оловбардош материал-лар қора металлургиядагига нисбатан камроқ ишлатилиди. Бу ерда кўпроқ хромитли ва цирконли материаллар қўлла-нилади. Жумладан, мис эритиладиган конвертор печ де-вори магнетитли ғиштдан терилади ва шлаклар таъсирига чидамлилигини ошириш мақсадида юзига юпқа қатлам қилиб магнетитли материал қопланади. Ёқилғида ишлай-диган қуралар, шу жумладан, алюминий эритиладиган печлар, шунингдек, платина, титан, палладий, рутений каби металл эритиладиган тигеллар учун цирконийли материаллардан фойдаланилади.

Юқорида айтиб ўтилган маҳсулотларнинг ўндан бир қисми саноат қурилишларида ишлатилиди. Масалан, ғишт пишириладиган печлар, яъни даврий ва узлуксиз ишлай-диган хумдонлар, асосан, шамот ва динас ғиштлардан қурилади. Биноларнинг ички ва ташқи безакларини тай-ёрлаш вақтида ишлатиладиган қолиплар, томбоп черепи-цалар, керамика кошинлар, канализация учун ишлатила-диган қувурлар, санитария-техника буюмлари, қолавер-са, оловбардош материалларнинг ўзлари ана шундай печларда пиширилади. Гипс қайнатиладиган қозон, порт-ландцемент тайёрланадиган айланма печ, оҳақтош куйди-риладиган шахта, шиша пишириладиган ванналарнинг юқори температура таъсирига учрайдиган қисмлари ша-мотли материаллардан ясалади.

Энергетика ва транспорт машинасозлиги корхонала-рида, тракторсозлик ва қишлоқ хўжалиги машинасозлиги заводларида, озиқ-овқат, кимё саноати корхоналарида, темир йул ва бошқа соҳаларда ҳам оловбардош материал-лар тобора кўпроқ қўлланилмоқда. Улардан циклон, ра-диатор, қувур, иссиқлик изоляцияси, электр изоляцияси ва вакуумга турғун деталлар тайёрлашда фойдаланилмоқ-да. Масалан, цирконийли оксид реактив двигателларда кор-розия ва эрозиядан сақловчи қатлам сифатида, шунинг-дек, атом реакторини қуришда ишлатилиди. Бериллий

оксидидан ясалган конструктив элементлар ядро энергетикасида реактор секинлатгичлари ва қайтаргичлари вазифасини бажармоқда. Магний оксиди температуранинг кескин узғаришига бардош беради. Шунинг учун реактив двигателларнинг айрим деталлари, ракеталарнинг конуссимон тумшук қисми шундай материаллардан тайёрланади. Электроника соҳасида ҳам бундай материаллардан кенг фойдаланилмоқда.

Мамлакатимизда қора металл прокати ишлаб чиқариш йилига 14—17 % ва цемент ишлаб чиқариш 13—15 % га кўпайтирилади. Шунингдек, шиша, керамика буюмлар, рангли металлургия маҳсулотлари ҳиссаси ҳам ортади. Бу эса оловбардош материалларни йилдан-йилга кўпроқ ишлаб чиқаришни тақозо этади.

Республикамиз саноатининг оловбардош материаллардан маҳсулот ишлаб чиқарадиган тармоғини кенг ривожлантириш учун барча имкониятлар мавжуд. Ўзбекистон Геология Вазирлиги тасарруфидаги Геология ва минерал хомашё илмий-тадқиқот институтида, Ўзбекистон Республикаси Фанлари академиясининг Хабиб Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институтида, Тошкент Кимё-технология институти ва Геология Вазирлигининг «Кимёгеолноруд» трестиди меҳнат қилаётган олимлар ва мутахассисларнинг фикрига кўра, Ангрен каолини мазкур соҳа учун ноёб хомашё ҳисобланади.

Республикамизда сифатли шамот тайёрлаш учун бир қанча талбирларни амалга ошириш, чунончи, мавжуд технологияни Ангрен гилмоясига мослаб узгартириш, зарур қурилмалар ўрнатиш, гилмояни бойитиш зарур. Бу соҳада ишлайдиган малакали мутахассислар тайёрлаш масаласи ҳал бўлган. Аввал, Тошкент Политехника институтида, кейинчалик эса Тошкент Кимё технология институтида кўп йиллардан буён шундай мутахассислар-муҳандислар, бакалавр ва магистрлар етишиб чиқмоқда. Институтнинг «Силикат моддалар технологияси» кафедраси олимлари Ангрен каолини сифатини ўрганиб, унга турли кимёвий моддалар таъсирини текшириб, бу хомашёдан тайёрлаш мумкин бўлган оловбардош маҳсулотларнинг хоссаларини яхшилаш, сифати ва мустақамлигини ошириш соҳасида диққатга сазовор ишлар қилмоқдалар.

Республикамизда каолин каби хомашёларнинг кўплиги, юқори малакали мутахассисларнинг мавжудлиги, олим-

ларнинг тинимсиз изланишлари ўта юксак температурага чидамли маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарни қуриб ишга тушириш учун имкон беради. Ишончимиз комилки, яқин йилларда Ўзбекистонда ана шундай корхоналар етарлича қурилиб, ўтда ёнмайдиган ва сувда зангламайдиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш замона талаблари асосида йулга қўйилади.

8-§. Техник керамика маҳсулотларини ишлаб чиқариш

Техник керамика маҳсулотлари. «Техник керамика» термини маълум шароитда иссиқлик бериш йули билан сунъий равишда олинган ва алоҳида хоссаларга эга бўлган материалларга тегишли бўлиб, улар Д. И. Менделесвнинг кимёвий элементлар даврий системасига кирган барча элемент, оксид ва моддалар асосида олиниши ҳамда турли кимёвий ва фазовий таркибга эга бўлишлари мумкин. Техник керамика маҳсулотларининг тури ва олиниш усулларининг кўп бўлишига қарамай, уларни бир синфга бириктирувчи белгилар мавжуд. Бундай белгилар қаторига қуйидагилар киради:

- 1) асосий хомашё сифатида оксид, туз ва бошқа сунъий йул билан олинган кимёвий бирикмаларнинг ишлатилиши;
- 2) хомашё тозалигининг юқори даражада бўлиши;
- 3) механикавий ва кимёвий усуллар билан олинган хомашёнинг ўта майда дисперс булакчалардан ташкил топганлиги;
- 4) шихта таркибига кирувчи компонентларнинг юқори дозада тортилиши;
- 5) буюмларнинг қолипланишини яхшилаш мақсадида таркибига пластификатор — қўшимчалар (ҳар хил спиртлар ва дикарбон кислота эфирлари) қўшилган бўлиши;
- 6) куйдириш жараёни ўта тартиблаштирилган ва созланган газли шароитда олиб борилиши;
- 7) ишлаб чиқариш жараёнида ноанъанавий жиҳоз ва ускуналарнинг қўлланилиши;
- 8) ишлаб чиқаришни камтоннали микдорда олиб борилиши ва ҳоказо.

Кейинги йилларда техник керамика маҳсулотлари ўта юқори ва кимёвий турғунликка эга бўлган кимёвий бирикмалар асосида олина бошланди. Бундай маҳсулотлар қаторига биринчи навбатда алюминий оксиди— Al_2O_3 ,

Қийин эрувчан моддаларнинг кристалл структуралари

Қу-шилма	Сингония	Моли-фика-цияси	Панжара тип	Панжара улчами, нм.			
				а	в	с	с/а
Нометалл қийин эрувчан моддалар							
AlN	Гексагоналли	—	ZnS	0,3109	—	0,4970	1,600
Si ₃ N ₄	Гексагоналли	α	Be ₂ SiO ₄	0,7818	—	0,5591	0,715
	Гексагоналли	β	Be ₂ SiO ₄	0,7595	—	0,2902	0,382
SiC	Кубли	β	ZnS	0,4349	—	—	—
	Гексагоналли	α	—	0,3076	—	0,5048	1,635
Al ₂ O ₃	Гексагоналли	α	α-Al ₂ O ₃	0,4759	—	1,2990	2,720
	Гексагоналли	β	β-Al ₂ O ₃	0,5640	—	2,2650	4,020
	Кубли	γ	MgAl ₂ O ₄	0,7910	—	—	—
	Гексагоналли	δ	—	0,5700	—	0,290	0,510
	Гексагоналли	χ	—	0,5570	—	0,8640	1,551
ZrO ₂	Моноклинли	α	ZrSiO ₄	0,5145	0,5207	0,5310	1,032
							β=
							99,194°
	Тетрагоналли	β	HfI ₃	0,3640		0,5270	1,445
	Кубли	γ	CaF ₂	0,5086	—	—	—
Металлсимон моддалар							
TiC	Кубли	—	NaCl	0,4327	—	—	—
TiN	Кубли	—	NaCl	0,4238	—	—	—

кремний нитриди — Si₃N₄, Si-Me-O-N системасида ҳосил бўлувчи ва сиалон номи билан аталувчи оксинитридли фазалар киради. Бундай қийин эрувчан нометалл ва металлсимон моддаларнинг кимёвий формуласи ва структурасига оид маълумотлар 8-жадвалда, уларни бошқа синфлардаги материаллар билан таққослаш натижаси эса 9-жадвалда берилган. Қийин эрувчан нометалл ва металлсимон моддаларнинг тузилишлари қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

1. Юқори зичликка эга бўлиши;

2. Фазалараро ва бўлакчалараро чегараларнинг мустаҳкам бўлиши;

3. Структурага кирувчи бўлакчаларнинг юқори дисперс бўлиши ва маҳсулот таркибида бир турда жойлашган бўлиши;

4. Дефектлар улчамининг кичик бўлиши;

5. Ўзида юқори қаттиқлик ва бошқа специфик хусусиятларнинг жойлашиши.

Техник керамика классификацияси. Турли адабиётларда уларнинг классификацияланиши турлича берилади. Биз қуйидаги 10-жадвалда техник керамиканинг асосий турлари ва қўлланиладиган областларига боғлиқ классификацияни В. Л. Балкевич маълумотларига асосан келтирамиз. Олти синфга ажратилган техника керамикаси қаторига юқори оловбардош оксидли керамика, силикат ва алюмосиликат асосидаги керамика, титан оксидли, титанат, цирконат ва уларга хос хусусиятларга эга бўлган керамика, шпинелли керамика, қийин эрувчан кислородсиз моддалар асосидаги керамика ва ниҳоят керамика-металл материаллар — керметлар киради.

Техник керамика маҳсулотларини 14 ва ундан ҳам куп турларга ажратишга оид классификация ҳам мавжуд. Булар:

1. *Моноксидли юқори ўтга чидамли ва радиотехникага оид материаллар ёки тоза оксидли керамика.* Улар электротехника ва зўрға суюқланувчан материал ва буюмлар олишда қўл келади. α-Al₂O₃, BeO, MgO, CaO, ZrO₂, ThO₂, YO₂ ва бошқалар шу туркумга киради, улар ракета ва снаряд қисмларини ясашда ишлатилади;

2. *Юқори глинозёмли техника керамикаси.* Улар Al₂O₃—SiO₂, BaO—Al₂O₃—SiO₂ ва бошқа системалар асосида олинали. Муллит 3Al₂O₃·2SiO₂, цельзиан — BaO·Al₂O₃·2SiO₂ каби сунъий фазалар группа материаллари қаторига киради. Улардан ультратинни, симсиз қаршилик, авиа- ва авто-изоляцияторларнинг материаллари, радио- ва электрон техникаси деталлари ясалади;

3. *Магнезиалли нафис керамика буюмлари.* Улар клино-энстатит — MgO·SiO₂, кордиерит — 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂, форстерит — 2MgO·Al₂O₃ каби моддалардан ясалади;

4. *Титан ва титанатли керамика.* Улар BaO·TiO₂, BaO·ZrO₂ каби сунъий кимёвий бирикмалар асосида олинали ва электрон асбобларнинг бўлаклари ясалади;

Турли синфлардаги инструментал маҳсулотларнинг ҳона температурасидаги хоссалари

Хосса	Телескоп пулат	Қатик қотишма	Оксидли ва қушма керамика	Нитридли керамика	Кубин BN	Полкристалли бўлмас
Солиштира отирапти, $т/см^3$	8,0—9,0	6,0—15,0	3,9—4,4	3,2—3,8	3,12	3,5
Қатиклиги Воккерс бўйича, НВ	700—900	1200—1800	1450—2100	1350—1600	3500	5000
Мустақиллиги, МПа: эгиюлганда	2500—4000 2800—3800	1300—3200 3500—6000	400—800 3500—5500	600—900 3000—4000	500—800	600—1100 7000
Эгилувчанлик модули, ГПа	260—360	470—650	300—450	280—320	680	840
Иссиқдан кенгайиш коэффициент, $(\alpha \cdot 10^{-6})/K$	9—12	4,6—7,5	5,5—8,0	3,0—3,3	—	—
Иссиқлик ўтказиш коэффициент, $Вт/(м \cdot K)$	15—48	20—80	10—38	20—35	—	—

Техник керамиканинг асосий турлари ва қўлланиладиган соҳалари

Техника керамикаси синфи	Техника керамикаси турлари	Қўлланилувчи асосий соҳалар
I. Юқори оловбардош оксидли керамика (оксидли керамика)	1. Алюминий оксидли керамика (корундли керамика)	Оловбардош маҳсулот, вакуумли техника, конструкция деталлар, кимёвий тургун ва электр-изоляция маҳсулотлари
	2. Цирконий оксидли керамика	Оловбардош маҳсулот, конструкция керамика
	3. Бериллий оксидли керамика	Ядро энергетикаси, радиоэлектроника
	4. Магний оксидли керамика	Оловбардош, кимёвий тургун маҳсулот
	5. Кальций оксидли керамика	Оловбардош, кимёвий тургун маҳсулот
	6. Торий оксидли керамика	Оловбардош маҳсулот, ядро энергетикаси
	7. Уран оксидли керамика	Ядро энергетикаси
II. Силикат ва алюмосиликатли керамика	1. Муллитли ва муллит-корундли керамика	Электроника ва радиотехника
	2. Клинозистатитли керамика	Вакуумли радио ва электротехника
	3. Форстеритли керамика	Вакуум техникаси
	4. Кордиеритли керамика	Электротехника
	5. Цирконли керамика	Электр- ва радиотехникаси
	6. Целезианли керамика	Радиотехника
	7. Литийли керамика	Радиотехника
	8. Волластонитли керамика	Радиотехника
III. Титан оксидли титанат, цирконат ва уларга хос хусусиятларга эга бўлган керамика	1. Титан оксидли керамика	Конденсаторли керамика, радиотехника

Техника керамикаси синфи	Техника керамикаси турлари	Қўлланилувчи асосий соҳалар
	2. Титанатли керамика	Конденсаторли ва пьезоэлектрик керамика, радиоэлектроника
	3. Цирконат, ниобат ва бошқа пьезоэлектрик хоссага эга керамика	Конденсаторли ва пьезоэлектрик керамика, радиоэлектроника
IV. Шпинелли керамика	1. Магнетитли шпинел	Оловбардош маҳсулот, электровакуум ва радиотехника буюмлари
	2. Феррошпинел	Электроника ва радиотехника
V. Қийин эрувчан кислородсиз моддалар асосидаги керамика	1. Карбидлар 2. Нитридлар 3. Боридлар 4. Силицидлар	Оловбардош маҳсулот, электрқиздиригичлар, конструкцион деталлар
VI. Керамик-металли материаллар кертметлар		Конструкцион деталлар, оловбардош маҳсулот

5. *Магнетитли керамика.* $\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$, $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ каби шпинеллар асосида олинадиган ва регистрация қилувчи магнитли системалар, юқори частотага эга микротўлқинли асбоблар ясаш учун фойдаланади;

6. *Юқори температурада ҳам қийин суюқланувчи кислородсиз материаллар.*

Уларга карбидлар (TiC ва SiC), нитридлар (BN ва Si_3N_4), боридлар (TiB_2 ва ZrB_2), силицидлар (MoSi_2 ва ZrSi_2) кирadi. Улар асосида электр иситгич, қайроқ, чарх, живир қоғоз ва бошқа абразив асбоблар ишлаб чиқарилади.

7. *Керметлар.* Улар машинасозлик саноати деталларини ясаш, оловбардош ускуна олишда қўл келади.

8. *Қотишмалар.* Металл ва керамика қотишмалари асосида техника қисмлари ва деталлари олинадиган;

9. *Ўтга чидамли томбоп қисмлар.* Плёнкалар ишлаб чиқаришда, материалларни оксидланишдан сақлаш, иссиқ газлар таъсиридаги эрозияларга чидамлилик мақсадларида хизмат қилади;

10. *Ядро ёқилғиси.* UO_2 асосидаги қисм ва деталлар олишда аз қотида;

11. *Монокристаллар.* Уларга лазерлар, мазерлар, қимматбаҳо тошлар, люминофорлар, кесувчи инструментлар ҳамда нур филтрлари кирилади;

12. *Молекуллар элаклар.* Улар табиий цеолитларга жуда ўхшаш бўлиб, молекуллар майдаликлари турли моддаларни ажратиш учун хизмат қилади;

13. *Пирокерам маҳсулотлари.* Улар ракета қисмлари, бошқарувчи снарядлар каби муҳим деталларни ясашда кенг қўлланилади;

14. *Керамикадан ясалган ўта юқори электр токини ўтказувчилар.* Улардан фойдали иш коэффициентлари юқори ўтказгичлар ясалди.

Техник керамика маҳсулотларини ишлаб чиқариш. Техник керамика маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси кўп қирралидир. Унда анъанавий керамика технологияси ҳам ва ноанъанавий технологиялар ҳам кенг ўрин олган.


Бундай маҳсулотларни олишда кўпроқ хомашё сифатида кукунсимон материаллар олиш, уларнинг майда заррачаларини фракцияларга ажратиш (диспергирлаш), қўшимча компактлаш ва пишириш муҳим операция ҳисобланади (10-расм).

Инструмент сифатида қўлланилувчи керамика материалларини олишда уч турдаги технологик жараёнлар қўлланилади:

1. Аралашма тайёрлаш, совуқ пресслаш ва куйдириш;
2. Аралашма тайёрлаш, иссиқ пресслаш ва куйдириш;
3. Аралашма тайёрлаш, иссиқ изостатик пресслаш ва куйдириш.

Биринчи усул қўлланилганда, таннархи арзон, сифати эса пастроқ маҳсулот олинадиган. Уларнинг ғоваклиги 2% атрофида бўлади. Иккинчи усул қўлланилганда, ғоваклиги 0.5% атрофида бўлган, мустаҳкамлиги юқори маҳсулот ҳосил бўлади. Учинчи усул ҳам юқори кўрсаткичларни беради, аммо мураккаб ва қимматбаҳо электр печларини қўллаш талаб қилади. Печ ичидаги газ босимининг миқдори 100 МПа дан юқори бўлиши эса маҳсулот таннархининг ошиб кетишига олиб келади.

Техник керамика маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги биринчи операция хомашёни майдалашга оиддир. Шарли ёки вибрацион тегирмонда майдаланган хомашё заррачаларининг ўлчами 1-3 мкм атрофида бўлиши керак.

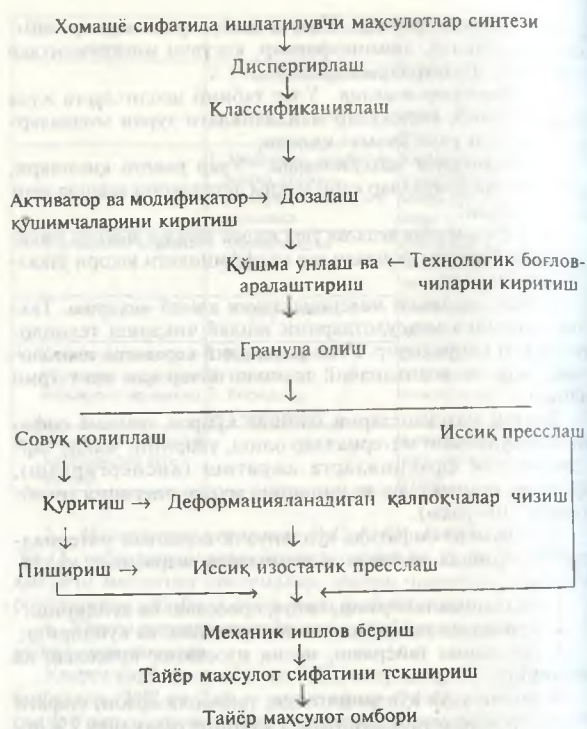

10-расм. Иш қуроли сифатида қўлланувчи керамик материалларни олиш технологик схемаси.

Иккинчи йирик жараён қолиплаш бўлиб, буюмлар асосан 8 хил усулда қолипланади:

1. Сувли суспензияни гипсли формаларга қуйиш;
2. Турли вариантларда кукунсимон массаларни пресслаш;
3. Пластификаторли массаларни пресслаш ва яриммаҳсулотни чархлаб силлиқлаш;

Қоралли материалларнинг ламчунан хоссалари

Материал	Ҳажмий оғирлик, г/см³	Ҳажмий гонаклик, %	Статик эгилиш-га бўлган муҳтакамлик чегара, кг/см²	Уртан-диган эгилиш-га бўлган муҳтакамлик чегара, кг/см²	Эгилиш модули, Ех 10³, кг/см²	Чилиқ-ган кен-гайиш коэффициентини, α · 10³, 20—900 °C	Иссиқлик ўтказувчанлик, λ · 10³, акал/см² · сек град	Диэлектрик ўтказувчанлик, ε, f = 10⁴ гц	Диэлектрик йўқолиш парати тангенс бурча, tg δ · 10⁴, 20 °C	Ҳажмий солиш-тирма сингим, ом · см, °C	Тешув-чи куча-ниш, кв · 10³/мм
Мипа-луд	3.66	4.60	4000	4.3	2.04	7.9	24	9.5	2	10¹¹	53
22X	3.66	5.70	4300	6.8	2.36	8.2	25	9	3	10¹²	53
22XC	3.78	2.00	4600	7.9	2.46	7.8	32	9.3	5	3 · 10¹¹	50
Микро-лит	3.90	2	3600	5	3.9	7.9	42	—	—	2 · 10¹¹	28
ГБ-7	3.63	5.60	4500	4.1	2.22	8.4	25	9.5	1	10¹¹	34

4. Пластификатор қушилган иссиқ шликерни босим остида қолипларга қуйиш;

5. Пластификаторли массаларни чўзиб қолиплаш;

6. Юқори температурада графитли қолипларда пресслаш;

7. Сувли ёки органик шликерни плёнка ҳолатида қуйдириш;

8. Иссиқ парафинли шликерни қотириш ва ҳоказо.

Қуйилаги 11- расмда тўртинчи усулга оид босим остида буюмларни қуйиш технологик жараёнининг принципиал тизими берилди. Схемалаги биринчи вариантда анъанавий керамика технологияси бўйича майда дисперсли кукун ҳўл усулда шарли тегирмонда тайёрланиб, фильтр-прессга узатилади ва сувсизлантирилади. Сўнгра 250—300°C да сувсизлантириш давом этади. Сўнгра кукун таркибига сирт-актив модда ва пластификатор киритилади. Иккинчи вариантда эса дағал хомашё вибрацион тегирмонда сирт-актив моддалар иштирокида қуруқ усулда майдаланади. Сўнгра махсус аппаратларда кукунга пластификатор қўшилади.

Қуйдириш жараёни ҳам энг асосий операциялардан бири ҳисобланади. У бир неча даврни ўз ичига олади:


1-давр (20—150°C) — парафин эрийди ва молдага сингиб кетади. Парафин бундай шароитда парчаланмайди;

2-давр (150—300°C) — парафин қуяди ва интенсив парчаланаяди;

3-давр (300—400°C) — углеролли қолдиқ бутунлай ёниб кетади ва буюм марказидаги парафин парчаланаяди;

4- давр — 400—(900—1200°C) — углерод бутунлай (учиб) чиқиб кетади ва буюм сополаг итилади. Бу температура оксидли ва юқори глинозёмли массалар учун 1100—1200°C ни, стеатитли масса учун 900—1000°C ни ва, пихоят, барий титанатли масса учун 900°C ни ташкил этади.

Техник керамика маҳсулотларининг ҳоссалари. Техник керамика маҳсулотларининг хосса (хусусият)лари талаб даражасида бўлиши керак. Қуйида келтирилган 11- ва 12-жадвалларда алюминий ҳамда бериллий оксидли материалларнинг намунавий хоссалари ва зичликлари берилган. Жадваллардан қўриниб турибдики, уларнинг ғоваклиги кам ва зичлиги юқори. Корундли материаллар учун ғовакли 2-5,7%, BeO зичлиги эса шакллаш усулига кўра 90—99% бўлади. Улардан статик эгилишга бўлган мустақамлик

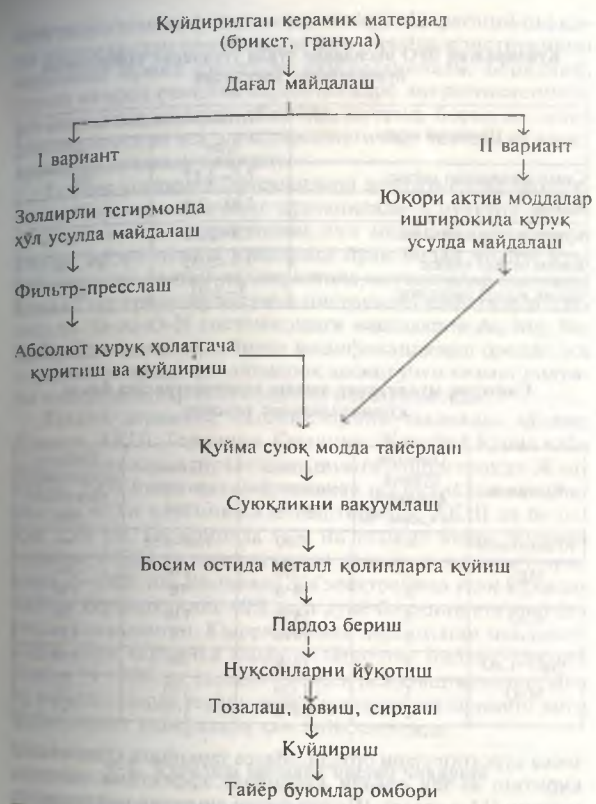

11- расм. Босим остида буюмларни қуйиш (технологик) жараёнининг принципиал тизими.

юқори бўлиб, у бир см² юзага ҳисобланганда 3600—4600 кг ни ташкил этади.

Маҳсулотларнинг хоссалари максимал пишиш температурасига боғлиқ. Температуранинг кўтарилиши билан

Куйдирилган BeO оксиддан турли усулларда тайёрланган буюмларнинг хоссалари

Шакллаш усули	Куйдирилган BeO зичлиги	
	г/см ³	%
Суви шликердан куйиш	2,7—2,85	90
Чузиш	2,85—2,9	95
Куруқ усулда пресслаш	2,9—2,95	97
Босим остида куйиш	2,9—2,95	97—98
Иссиқ усулда пресслаш	3—3,01	99

13-жадвал

Синтетик муллитнинг пишиш температурасига баъзи қўшимчаларнинг таъсири

Қўшимча	Оғирлик буйича қўшимча миқдори, %	Пишиш температура-си, °С	Пишиш оралиги, град.	Пишиш ҳароратининг пасайиши, град.
Қўшимчасиз	—	1590	100—150	—
MgO	1	1510	110	80
	2	1450	70	140
CaO	1	1520	110	70
	2	1470	70	120
MgO+CaO	2	1410	70	180
MnO	1	1520	110	70
	2	1470	100	120

хосса кўрсаткичлари ортади. Масса таркибига қўшимчалар киритиш ва шу орқали куйдириш эффектини ошириш мумкин (13-жадвал). Шу йул билан синтетик муллит олиш учун 1590°C да мавжуд бўлган кўрсаткичларни 1470°C да ҳам олса бўлади.

Техник керамика маҳсулотларининг ишлатилиши. Юқорида келтирилган 10- жадвалда техник керамика қўлланилувчи асосий областлар келтирилган эди. Алюминий оксидли керамика оловбардош материал, вакуумли техника детали, кимёвий тургун ва электроизоля-

ция маҳсулоти сифатида ишлатилади. Цирконий оксидли керамикадан оловбардош материал ва конструкцион керамика буюми сифатида фойдаланилади. Бериллий, торий ва уран оксидли керамика ядро энергетикасининг асосини ташкил этади. Карбид, нитрид, борид ва силицидлар асосида эса электрқиздиргичлар ясалани ва конструкцион деталлар олинади.

Техник керамика маҳсулотлари инструментал материаллар сифатида ҳам кенг қўлланилади. Синтетик олмос кукун ва бор нитридининг зич модификацияларини юқори босим остида куйдириш йули билан юқори қаттиқликка эга бўлган поликристалл материаллар олинади. Бундай материаллар кесувчи инструмент сифатида ишлатилади. Si-Al-O-N системасидаги массаларни Al, Mg, Be, Y, Ti, Zr элементлари билан модификациялаш орқали эса юқоридагилардан ҳам афзалроқ кесиш учун хизмат қилувчи инструментлар ясалмоқда ва ишлатилмоқда.

Техник керамика маҳсулотларини техникада қўллаш Япония, АҚШ, Германия, Франция, Жанубий Курия каби давлатларда жадал суръатларда амалга оширилмоқда. Жумладан, 2000 йилга келиб Японияда иссиқлик двигателларининг 40%и керамикага алмаштирилди. АҚШ да бу рақам 25% ни, Германияда 10% ни ташкил этади. Умуман олганда, АҚШ да конструкцион керамика маҳсулотларининг 35—38% ни, Японияда эса электроника учун мўлжалланган керамиканинг 48% ини дунё бозорига етказиб бериш мўлжалланган. Юқорида номи кўрсатилган мамлакатларда янги керамика маҳсулотларининг йиллик ҳажмий ўсиши 14—27% ни ташкил қилиши режалаштирилган. Яна бу мамлакатларда техник керамика маҳсулотларининг янги функционал вазибалари ҳам аниқланмоқда.

9-§. Қурилиш шишаси ишлаб чиқариш

Қурилиш шишасининг хусусиятлари. Шиша, шу жумладан, қурилиш шишаси тараққиёти жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ десак ҳеч муболага қилмаган бўлаемиз. Қурилиш шишаси қадим-қадимдан инсоният ҳаётида ўзининг ижобий хусусиятлари билан катта аҳамият касб этиб келди ва бундан кейин ҳам янги-янги мўъжизалар қилиши шубҳасиз. Қурилиш шишасининг кўп хусусиятлари бор, шу туфайли ҳам у нодир металллар, минераллар ва бошқа

жинслардан ажралиб турали. Бу хусусиятлардан бири унинг ниҳоятда шаффофлиги ҳамда пишиқлигидир. Бунда, албатта, кимёвий жиҳатдан пишиқлиги назарда тутилмоқда, бошқача айтганда, шиша буюмларга на ёмғир, на совук, на шамол, на қуёш нурлари таъсир қилади. Бундай омиллар эса йиллар давомида ҳатто тоғларни ҳам емириб юборали, бироқ пишадек нозик нарсага «қучи етмайди». Шишанинг пишиқлик сири ҳам ана шунда.

Ҳа, табиатда қурилиш шишаси билан рақобатлаша оладиган моддалар жуда кам. Кимёвий пишиқ моддаларни табиий ва сунъий кристалл моддалар орасидан қўлаб топиш мумкин, аммо қурилиш шишасидек шаффоф ҳамда кенг тарқалган ва таннархи арзон бўлган қотишмани ахтариб топиш амримаҳол.

Қурилиш шишаси асрлар давомида, асосан тинчлик мақсадлари учун хизмат қилмоқда. Қурилиш шишаси туфайли тураржой, маданий-маиший муассаса ва ишлаб чиқариш корхоналарининг ёруғ, шинам ва кўркам қилиб қурилишига эришилди.

Замонавий архитектура шишани қурилиш ва безак материали сифатида асосий ўринларга қўтармоқда. Шу сабабли корхоналарда прокатланган ойна, ғовакли шиша блоklar, профилли шиша ва гилам мозаика плиткалари ишлаб чиқариш ва қурилишда ишлатиш кундан-кунга купаймоқда. Уларни махсус усулда кристаллаш орқали ситалл, фотоситалл ва шлакоситалл каби техника буюмлари олиш ҳам йўлга қўйилмоқда.

Қурилиш шишасининг асосий хусусиятлари қуйидагича: ҳажмий оғирлиги 2450—2550 кг/м³, сиқилиш ва эгилишга чидамлилиги 10000 ва 450 кг/см², қаттиқлиги 5—7, иссиқлик ўтказувчанлиги 0,6—1,15 ккал/м соат · градус, қалинлиги 2—6 мм.

Шубҳасиз, қурилиш шишаларининг биринчи ва асосий хусусияти уларнинг шаффоф ва тиниқлигини бошқаришнинг мумкинлигидалир. Масалан, тураржой деворларидан биологик актив ультрабинафша радиацияни яхши ўтказиш ва инфрақизил нурларни ушлаб қолиш талаб этилади. Агар девор таркибида темир оксиди жуда кам, хром, қўрғошин ва титан оксидлари бутунлай бўлмаган шишадан ясалса, у қўйилган талабларга тўлиқ жавоб беради. Агар гап музей ва кутубхона деворлари ҳақида кетса, у ҳолда юқорида номи қайд этилган, таркибида оксидлар қўп

бўлган шишани танламоқ даркор. У буюқ ва қоғозларнинг учиб кетишига сабабчи бўлган ультрабинафша нурларни хонага ўтказмайди.

Тураржой деворлари одамларни қуёш нуридан сақлаши керак. Бу уринда таркибига кумуш галлати бирикмаси кирган фотохром деворлари қўл келади. Улар ўз ранги ва шаффофлигини ёруғликка қараб автоматик ўзгартиришга қодир. Сояда бундай шиша девор тиниқ ва унинг қўз илғовчи нурни ўтказиш қобилияти худди дераза ойнаси сингари унга таъсир қилаётган нурнинг 90 %ини ташкил этади. Аммо қуёш нури таъсири остида 30 сек ичида унинг ўтказувчанлик қобилияти 50%га, яна 22 сек ўтгач эса 28%га тушиб қолади. Натижада у кулранг тусга кириб, оқ нур спектрларини ютади. Қуёш нури таъсири йўқолгач, у яна тиниқланади ва 1—2 минутдан сўнг дераза ойнаси каби 90% нурни аввалгидек ўтказиш бошлайди.

Қурилиш шишаси таърифи. Қурилиш шишасининг ҳолатини қандай изоҳлаш мумкин? Бу савол асрлар давомида шишасозларнинг фикр-зикрини чулғаб келган. Унинг қаттиқлиги ва букилувчанлиги кристаллларнинг букилувчан ва қаттиқлигига ўхшаса ҳам атомлар жойлашувидаги тартибсизлик сабабли уни кристалл модда деб бўлмайди. Қурилиш шишасининг мўртлиги, шаффофлиги ва бўлиnmасининг ялтироқлиги кристалл моддалардан узгача. Структурасида симметриянинг батамом ёки қисман бўлмаслиги ва шундан келиб чиқадиган изотропия уни суяқликка ўхшашлигидан далолат берса ҳам суяқлик деб бўлмайди. Мустаҳкамлик, температуранинг ўзгарувчанлигига чидамlilik, иссиқликдан кенгайиш қийматиининг паст бўлиши, кам электр ўзгарувчанлик каби хусусиятлар уларни суяқликка солиштиришга тўсқинлик қилади.

Ҳўш, шундай экан у ҳолда қурилиш шишасини қандай таърифлаш мумкин? У қандай модда? Россия олимлари техника фанлари докторлари Н. В. Соломин, О. В. Мазурин ва физика-математика фанлари доктори Ф. Ф. Витмандан иборат бўлган терминология комиссияси узоқ баҳслашнплардан сўнг 1968 йили шишани қуйидагича таърифлашнн тавсия қилди: «Шиша деб кимёвий таркиб ва қотиш температурасига боғлиқсиз равишда юқори температурада ҳосил қилинган эритмани ўта совитиш орқали олинадиган ва ёпишқоқликнинг аста-секин ошиши натижасида

қаттиқ жисмларнинг хоссаларини қабул қиладиган барча аморф жисмга айтилади; бунда суюқ ҳолатнинг шиша табиатига ўтиш жараёни орқага қайтадиган бўлиши шарт». Бошқача қилиб айтганда, кварц ёки кумтупроқ, оҳақтош ёки доломит, натрий карбонат ёки натрий сульфат ва бошқа компонентларни қиздириш йўли билан суюқлантириб, сунтра махсус режимда қолиплаш ва совитиш йўли билан ҳосил қилинадиган қовушқоқлиги ўта юқори бўлган шаффоф изотроп қаттиқ жисмлар қурилиш шишаси деб аталади.

Қурилиш шишаси турлари. Қурилиш шишаси тури кўп бўлган сунъий материаллардан бири. У қуйидаги тўрт гуруҳпадан ташкил топган:

1. Лист шиша — дераза ойнаси, витрина (кўргазма) шишаси, фото шишаси, яхлит рангли лист шишаси, ёпиштирилган рангли лист шишаси, нақшли шиша, армировкали шиша, хом прокат шишаси, марблит, силликланган шиша ва бошқалар;

2. Қурилиш-архитектура шишаси—шишадан ясалган конструктив қурилиш элементлари (ичи бўш шиша блоклар, шишабетон ва шишатемирбетон учун шиша қисмлар, шишадан ясалган профилли қурилиш қисмлари, шишапакетлар, шиша эшик ва бошқалар), ёруғлик ва иссиқлик нурларини саралаб ютувчи қурилиш шишаси (ультрабинафша нурларни ўтказувчи махсус шишалар, ультрабинафша рангли ютувчи шишалар, иссиқлик нурларини ютувчи қурилиш шишаси ва бошқалар), рангли қурилиш ва витраж лист шишалари (рангли чўзилган лист шиша, рангли ёпиштирилган лист шиша, рангли прокаткаланган витраж лист шишаси ва бошқалар), металлштирилган шиша (кумушранг юпқа алюминийли қават билан қопланган шаффоф шиша, тилларанг юпқа алюминийли қават билан қопланган сариқ шиша, рангли кўзгу, тилларанг мис қотишмаси билан қопланган шаффоф шиша, электриситгичлар учун металл билан қопланган шиша ва бошқалар), шишалан ясалган ички пардозлаш плиткалари (марблит, ички пардоз шиша кошнлари, кристалланган шишалар асосида олинган кошнлар, керамика бўёқларини куйдириш орқали ранг берилган сте-малит панеллари ва бошқалар) ва архитектура-бадий шишаси (смальта, шиша скульптураси, витражлар ва бошқалар);

3. Кўпирган шиша—иссиқлик изоляциясини таъминловчи шиша пахта, товуш ютувчи изоляцион материал, филтрловчи ғовак шиша, техника мақсадларида ишлатилувчи кўпирган шиша ва бошқалар;

4. Шиша қувурлар — деворининг қалинлиги 1—2 мм ва диаметри 0,1—40 мм бўлган юпқа танали қувурлар, деворининг қалинлиги 2,5—4 мм ва диаметри 12—40 мм бўлган қалин танали қувурлар, шу ўлчамдаги иссиқлик ўзгарувчанлигига чидамли қалин танали қувурлар, деворининг қалинлиги 2,5—12 мм ва диаметри 45—200 мм бўлган иссиқлик ўзгарувчанлигига чидамли қалин танали қувурлар.

Қурилиш шишалари орасида қалинлиги 2—6 мм, юза ўлчами 250×250 дан 1600×2200 мм гача қилиб тайёрлан-диган лист шишалар, шу жумладан, оддий дераза ойнаси муҳимлиги, кўп тоннажлиги ва олиш усулларининг турли-туманлиги билан ажралиб туради.

Дераза ойнасини ишлаб чиқариш. «Хўш шиша ҳозир қандай усуллар билан ишлаб чиқарилади?» —деган савол туғилиши муқаррар. Бу саволга қуйида келтирилган ойна тахта схемаси қисман бўлса ҳам жавоб беради (12- расм).


Келтирилган шиша ишлаб чиқариш схемасидан ҳозирги замон шиша ишлаб чиқариш технологиясининг анча мураккаблиги ва бир қанча махсус операцияни ўз ичига олишини қўриш мумкин.

Кварц ва оҳақтош сингари қаттиқ хомашёлар жағли майдалагичларда булакчаларга ажратилиб, темир оксиди каби ранг берувчи бирикмалардан тозаланали. Сунтра улар айланма печь ёки камерали сушилкаларда қўритилади, конусли болғачали тегирмонларда ун ҳолатига келтирилади. Эланган кумтупроқ, оҳақтош ва сода тортилиб махсус машиналарда аралаштирилади.

Манзарали рангли шиша ишлаб чиқаришда эса бўёқ сифатида мис, хром, темир, кобальт ва бошқа металлларнинг оксидларидан фойдаланилади.

Қурилишда ишлатиш учун мўлжалланган силикат шиша аралашмаси шиша заводидаги махсус печларда 1500° температурагача пиширилади. Пишириш жараёнини проток-ли ванна печларида амалга оширилади.

Ҳозирги вақтда дераза ойналари вертикал йўналишда чузиладиган машиналарда тайёрланади. Бу машиналарда узлуксиз шиша лентаси қолипловчи мосламанинг тирқи-

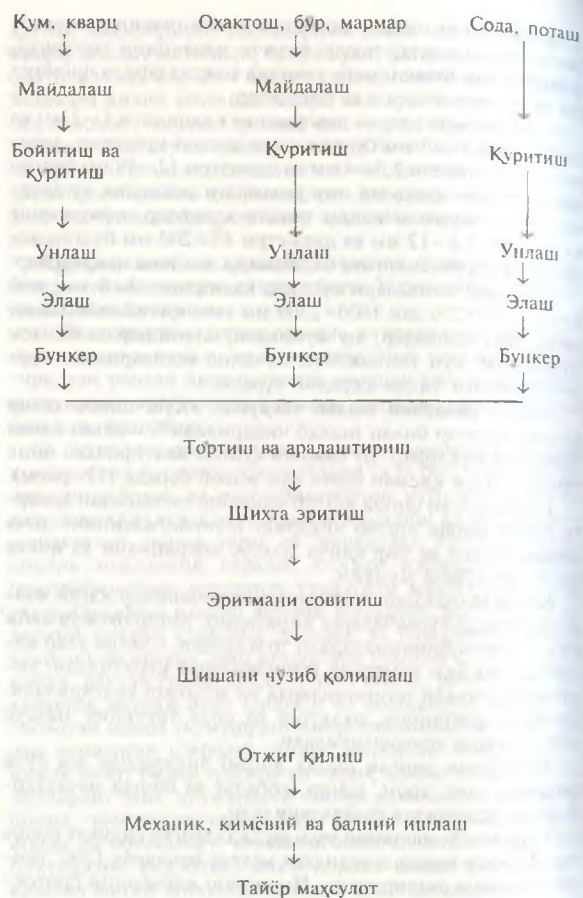

12- расм. Дераза ойнаси ишлаб чиқаришнинг соддалаштирилган схемаси.

ши орқали чузилади. Шишани «лодочка» деб аталган мосламасиз ҳам эркин чузиш мумкин. Бундай усулда олинган шиша сифатлироқ, шаффоф, полосаларсиз бўлади.

Машиналарда қолиланган шиша эритмаси лентаси махсус режимда совитилади. Бу вақтда шишанинг ички кучланиши секинлик билан йўқола боради. Лента совитиш машинадан чиқа бориши билан тегишли улчамларда лист қилиб қирқилади. Қирқим қалинлиги 2—6 мм атрофида бўлиб, улчами 250×250 дан 1600×2200 мм гача бўлади.

Полировкаланган витрина (кургазма) шишаси ва кўзгу олишда кучланишдан холи қилинган шиша сайқаллаш ва ялтиратиш станокларига йўналтирилади. Декоратив буюмларга эса механик ишловдан ташқари, қимёвий ва бадиий ишлов ҳам берилади. Натижада маҳсулот ярқираб, жилва бериб турадиган бўлади.

Оддий дераза ойнасидан ташқари шаффоф ва хира безакбоп ойна, зарбга чидамли ва эгилувчан тобланган ойна, ойнабанд деворларга ишлатилувчи профилли ойна, ичига сим тур қуйилган парчаланмайдиган ойна, шиша варақлари ёпиштирилган ўқ ўтмас ойналарни ҳам юқорида келтирилган ишлаб чиқариш схемаси бўйича олиш мумкин. Бу ҳолда схемага қисман ўзгариш киритиш керак бўлади, холос.

Курилиш шишасининг ишлатилиши. Шиша, биринчи навбатда, қурилиш материалidir. Унинг янги, арзон, гузал, узоқ чидайдиган шаффоф, яримтиник, хира турлари дераза ва эшикларни қошлаш, балконни ураш, тўсиқ ва девор ўрнида ишлатилади. Шиша пакетларнинг қанф этилиши дераза панжалари тузилишига янгиликлар киритиш, темир ва ёғочни қўллаб тежаш, уй-жой йиғиш жараёнини тезлатиш, ойналарнинг музламаслиги ва ифлосланмаслигига олиб келади. Қурилишда шиша қувурлари, шиша гидро ва термоизоляция материалларини қўллаш ҳам кундан-кунга ошмоқда. Мамлакатимизда бошқа қурилиш материаллари сингари бу материалларни қўп ишлаб чиқаришнинг кейинги йилларда 1,4 марта ўсишининг кераклиги фикримиз исботидир.

Курилиш шишаси ишлаб чиқариш истиқболи. Ҳозирги кунда Республикаимизнинг беш йирик корхонасида қурилиш шишаси маҳсулотлари—дераза ойнаси, шиша толаси, суяқ шиша, рангли шишалар ишлаб чиқарилмоқда.

Биргина Чирчиқ шиша заводи ишлаб чиқарган қурилиш шишаси 2,85 млн м² ни (бу рақам 2 мм қалинликдаги шишага татбиқ қилинса 3,96 миллион квадрат метр бўлади) ташкил қилади.

Хуш, Республикамизда шишасозликнинг истиқболи қандай? Агар Республикамизда қурилиш монтаж ишлари ҳозирги шароитдагига нисбатан 2 баравардан ошиқ бажарилса, қурилиш шишасининг истиқболи порлоқ эканлигини тасаввур этиш мумкин. Саноат ва уй-жой қурилишининг бундай кескин ривожланиши Ўзбекистонда келгусида ойналар 3,96 млн м² ўрнига 10 млн м² га яқин ишлаб чиқарилишини тақозо этади. Бундай кўрсаткичга эришиш учун Чирчиқ шиша заводида техниканинг охириги ютуқлари асосида қайта реконструкция қилиш ва кенгайтириш зарур.

Келгусида Қувасой заводида ғовак-шиша ишлаб чиқариш, Чирчиқ ойна заводида гилам-мозаика плиталари, шиша тола асосида иссиқлик изоляция материаллари, кесилган юзали ва ёйма шиша, рангли ва рангсиз катта ўлчамли шиша блоklar олиш мўлжалланган.

Кейинги вақтларда мустақил Ўзбекистонда саноатнинг энг долзарб ва илғор турларининг яратилишига эришилди. Бу ерда гап Ўзбекистон—Жанубий Қурия автомобиль қўшма корхонасининг автомобиллари устида кетаяпти. Қувасой шиша корхонасида қурилиш шишасининг энг муҳим тури—лист шишасининг ишлаб чиқарилиши шу шиша асосида триплекс номли машина ойналарини ишлаб чиқаришга имкон берди.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Тошкент Кимё-технология институтининг шу соҳага тааллуқли бўлган лабораторияларида халқ ҳўжалиги учун муҳим бўлган бундай қурилиш шишаларининг янги турларини олиш, уларнинг сифатини яхшилаш, таннархини камайтириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилиши ва натижаларини ишлаб чиқаришга татбиқ этишлари ўта қувончли ҳолдир.

Республика шишасозлари келгусида олимлар билан ҳамкорликда меҳнат қилиб, халқимизнинг саноат ва ҳўжалик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжни қондириш борасида ўзларининг салмоқли ҳиссаларини қўшишларига аминмиз.

Техник шишанинг халқ ҳўжалиги ривожини таъминлашдаги роли. Ҳозирги кунда қуёш, планета ва юлдузлар устида катта илмий тадқиқот комплексларини амалга ошириш, илм-фан ва халқ ҳўжалиги манфаатларини қўзлаб ер юзаси ва атмосферани урганиш, одамнинг ҳаёт фаолиятига космик парвоз омилларининг таъсирини урганиш бора-сида тиббий-биологик тадқиқотлар олиб боришмоқда. Космосда технологик операциялар — металлари пайвандлаш, кристалл ва шишасимон моддаларни синтез қилиш каби ишлар бажарилмоқда, манзаранинг уч ўлчовли тасвирини фотография йули билан қайд қилишдек улкан ишлар амалга оширилмоқда. Асримизнинг ана шу муваффақиятларида шишадан ясалган нур тарқатувчи ва йўналтирувчи экран, қўзғу ва лампаларнинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтирмаймиз. Ҳолбуки, люминесцент ёки иссиқлик лампаларида атомларнинг турли томонларига ҳар хил тўлқин узунлигида, исталган вақт мобайнида ёруғлик квантларининг тарқалишига эришилади. Таркибида церий, неодим, эрбий, тулий каби актив моддалар қўшилган лазер шишаларда эса атомларнинг муайян тарзда—бир хил йўналишда, бир хил тўлқин узунлигида, синхрон равишда тарқалиши натижа-сида катта қувватли нур олинмоқда ва уни керакли манзилга тўла узатишга муяссар бўлинмоқда.

Техник шишаларининг умумий физик-кимёвий хусусиятлари. Шишасимон ҳолатдаги барча моддалар бир неча умумий физик-кимёвий тавсифга эга. Булардан бири уларнинг кристалл моддаларига ўлароқ изотропиклиги, яъни шиша хоссаларининг барча йўналишида бир хил бўлишидир. Масалан, муллит кристалларнинг С- ўқига перпендикуляр ва параллел йўналишдаги иссиқликдан кенгайиш коэф-фициентлари $4,5 \times 10^{-6}$ ва $5,7 \times 10^{-6}$ град.⁻¹, кварц кристаллар-ники эса 14×10^{-6} ва 9×10^{-6} град.⁻¹ ни ташкил этади. Улар-нинг нур синдириш коэффицентлари ҳам барча йўналиш-ларда ҳар хил: муллит учун 1,654, 1,644 ва 1,642; кварц учун эса 1,553 ва 1,554. Кристалларнинг мустаҳкамлиги, кимёвий турғунлиги ҳам шу тарзда ўзгаради. Бунинг асо-сий омиллари шундан иборатки, муллит кристаллари ром-бик (оптик икки ўқли), кварц кристаллари эса тригонал-трапецеоздрик сингонияга (оптик бир ўқли) эгаллидир. Бироқ таркиби юқорида қайд этилган кварц кристалли-

нинг таркибига туғри келадиган техника шишасининг ис-
сиқликдан кенгайиш коэффициенти $0,5 \times 10^{-6}$ град.⁻¹ нур
синдириш коэффициенти 1,459 ва солиштирма оғирлиги
2,19 г/см³ га тенг. Бу рақамлар кварц шишасининг истал-
ган нуқтаси бўйича бирдир.

Иккинчи масала қиздирилганда кристалл моддаларга
ўхшаб бирданига маълум температурада шишаларнинг эриб
кетмасликлари масаласидир. Агар кварц кристалли қизди-
рилса, у фақат 1713° С га етиб, ўз шаклини йўқотади ва
суюқликка айланади. Кварцли шиша қиздирилганда эса
1000°С атрофида юмшайди, сўнгга ёпишқоқлиги камайиб
суюқ ҳолатга ўтади, аммо қайси даражада суюқликка ўти-
шини аниқ айтиб бериш мумкин эмас. Шиша «бўтқа» лари
қотирилаётганда эса бу жараён қайтарилади. Температура
пасайган сари модда ёпишқоқлиги ошади ва аста-секин
шиша қотиб, қаттиқ жисм шаклига қайтади.

Шишага хос бўлган хоссалардан яна бири унинг бека-
рорлигидир. Шиша тез совиши натижасида юқори темпе-
ратурадаги муҳитга хос ҳолатни сақлаб қолганлиги сабаб-
ли ҳамма вақт барқарорликка интилади ва бора-бора хи-
раллашиб, кристалл моддага айланади. Аммо бундай
айланиш—табiiй кристалланиш минглаб йиллар давоми-
да рўй беради.

Техник шиша буюмларининг пишиқ ва мустаҳкамли-
гини истаганча ўзгартириш мумкин. Одатда, шиша сатҳи
микроскопик дефектларга бой бўлади. Бундай шиша юза-
сига плавик кислота билан сайқал бериш маҳсулот мус-
таҳкамлигини 3—4 марта оширишга олиб келади. Олим-
ларнинг фикрича, шиша юзасини силлиқлашдан ташқари
жипслаштириш ҳам мустаҳкамликни оширади. Жумладан,
юмшатишдан шиша варагини суюқликка ботириб олиш ёки
босим остида совитиш мустаҳкамликнинг 5 марта ўзгари-
шига, қаттиқлигини эса кескин ошишига олиб келиши
аниқланган.

Техникада кўп қаватли шиша пакетларни йиғиш ҳам
ижобий натижа бермоқда. Қалинлиги 0,05 мм бўлган шиша
варагининг мустаҳкамлиги қоғоз мустаҳкамлигига яқин.
Аммо 50 донга шундай варақни махсус клей ёрдамида ёпиш-
тириб олинган 2,5 мм қалинликдаги пакет катта босим,
температуранинг кескин ўзгаришига вибрация, ўқ ва ме-
теоритларнинг урилишига чидамлидир. Шу сабабли ҳам,

уларнинг саноат корхоналари витриналари, автомобиль ва
самолётларни қоплашда, сув ости ва космик кемаларнинг
аллюминаторларини ясашда ишлатилиши бежиз эмас.

Техник шишаларнинг кимёвий пишиқлиги ҳам тарки-
бига боғлиқ ҳолда катта диапазонда ўзгаради. Уларнинг
баъзи турларидан ясалган қувур ва идишларнинг кимёвий
турғунлиги юқори, ички юзалари силлиқ бўлади. Бу бу-
юмларни кир-чирдан тозалаш анча осон. Деворлар тоза
бўлаганида буюм ичидаги бўлаётган жараённи кузатиш мум-
кин. Бундай хусусиятлар, асосан, кварц ва борли силикат
шишалар учун хосдир. Шу сабабли ҳам уларда кучли кис-
лота, ишқор ва бошқа кимёвий актив моддаларни сақлаш
ҳамда уларни бир жойдан иккинчи жойга узатиш мумкин.

Температуранинг кескин ўзгаришига чидамлилиқни
ошириш ва мўртлиқни камайтириш, керакли ранг ва тас-
вири бериш, махсус қўшимчалар ёрдамида уларнинг тур-
ли хоссалари (шу жумладан электр ўтказувчанлиқ)ни бош-
қариш, даврий системага кирган барча кимёвий элемент-
лар асосида шиша олиш мумкинлиги ҳам техника
шишалари хусусияти ва истиқболлини белгиловчи ижобий
омиллардандир.

Юқорида қайд қилинганидек, техник шиша кўпгина
фойдали, ўзига хос хоссаларни жамлаган. Шу сабабли, шиша
буюмлари топилиши қийин ва таннархи қиммат маҳсулот
бўлмоғи керак эди. Аммо биз ҳар қадамда шиша буюмларга
дуч келиб, бошқачароқ хулоса чиқараётимиз. Бунинг асо-
сий сабаби шишаларнинг арзон, кенг тарқалган кимёвий
материаллар асосида олиниши, шиша «бўтқа»сининг қўл
ва машиналарда исталган шаклни олишга ўта мойиллиги,
халқимизнинг шишасозлик санъати усулларини мукаммал
эгаллаганлиги, олим ва инженерларимизнинг бу соҳани
ривожлантиришдаги улкан меҳнатидир.

Хоҳлаган шаклни бериш мумкинлиги, юқори декора-
тив хоссага эгаллиги, нурни қабул қилиш ва узатиш қоби-
лияти, ўта тиниқ ҳолатдан хира ҳолатга ўтиши мумкинли-
ги, арзонлиги, қолаверса, унинг пишиқ ва чидамлилиги
каби асосий хоссалар шишасозликнинг бундан буён ҳам
ривожини таъминловчи омиллардан эканлиги энди ҳеч
кимда шубҳа туғдирмаса керак.

Техник шиша турлари. Техник шиша турлари жуда кўп.
Унинг асосий маҳсулотлари қаторида қуйидагиларни
курсатиш мумкин:

1. Кварц шишаси — шаффоф ва бўғиқ;
2. Оптика шишаси — крон, флинт ва бошқалар;
3. Нур техникаси — шаффоф ва рангли;
4. Тобланган лист шишаси — ясси, эгилган ва бошқалар;
5. Триплекс лист шишаси — силлиқланмаган ва силлиқланган;
6. Моллировкаланган (эгилган) шиша — шаффоф ва рангли;
7. Кимёвий — лаборатория шишаси — юпқа ва йўғон;
8. Термометрик шиша — юқори кремнеземли, борсиликатли ва қўғошинсиликатли;
9. Тиббий шишалар — аптека идиши, ампула, флакон, тиббий деталь, дрот ва бошқалар;
10. Электрод шиша — электрод ва корпус шишалари;
11. Электр пайвандлаш флюсларини олишда ишлатиладиган шишалар;
12. Электр токини ўта ўтказувчан шишалар;
13. Люминесцент техникасида қўлланиладиган шишалар;
14. Лазер техникаси шишалари;
15. Йўл белгиларини ясашда ишлатиладиган шишалар — шиша микробулакчалари ва катафоталар;
16. Атом техникаси шишалари ва бошқалар.

Техник шиша турлари кўпайиб бормоқда. Мисол тариқасида атом техникаси шишаларини ҳам келтириш мумкин. Нурланишдан сақловчи шиша, нурни дозировка этувчи шиша, радиацияга чидамли шиша, атом реакторлари шишаси, зарядланган булакчаларни тезлаштирувчи шишаларнинг номи уларнинг жамият тараққиёти ва киши соғлиғи учун нақадар аҳамиятли эканлигидан далолат бериб турибди. Техник шишалар орасида квант электроникасининг асосини ташкил этувчи лазер ва люминофор сифатида ишлатилувчи шишаларнинг салмоғи ҳам ошиб бормоқда.

Техник шиша ишлаб чиқариш технологияси. Кварц шишаси техника шишалари орасида муҳим ўрин эгаллайди. Бунинг сабаби унинг физик-кимёвий хоссалари жуда юқори ва керакли хомашё базаларининг етарли даражада эканлигидадир.


Кварц шишасини ишлаб чиқаришда формуласи SiO_2 га тўғри келадиган юқори даражадаги тоза тоғ биллури ёки кварц кумларидан фойдаланилади. Албатта, улар оғир

темирли минераллар, дала шпати, слюда ва тупроқдан тозаланиши зарур. Натижада бойиган тоғ жинсининг кимёвий таркиби SiO_2 фойдасига ўзгаради ва майдаланган заррачаларнинг гранулометрик таркиби тузатилади. Ишлаб чиқаришда қўлланилаётган хомашё таркиби қуйилгича бўлади: SiO_2 99,6—99,7; R_2O_3 0,15—0,30, шу жумладан, Fe_2O_3 0,002—0,03; CaO 0,5—0,08; mCO 0,03—0,05; R_2O 0,01—0,02 ва қиздирилгандаги йўқотиш 0,05—0,08%. Доналар улчами эса 0,02 — 0,35 мм оралиғида бўлади.


Қуйидаги расмларда кварц шишасини олишга оид икки технологик тизим келтирилади (13- ва 14- расмлар).

Техник шишанинг халқ ҳўжалигидаги аҳамияти. Техник шиша барча тармоқларда кенг қўлланиладиган универсал материалдир. Биргина кварц шишаларининг қўлланилишини олиб кўрайлик. У кимёвий машинасозлик ва асбобсозликда кислотага чидамли аппарат, қувур, совитгич, иситгич, ванна, идиш, реактор насос, тигель, колба, ковак фильтр; иссиқлик техникаси ва металлургия термопараси, филофи, газ ва электр печлари қувурлари, газ горелкаси, печларнинг бруси, электр иситкич; электровакуум саноати ва нур техникасида қўлланиладиган юқори вольтли изолятор, катод ва генератор лампаларининг детали, симобли тўғрилагичларнинг катодли изолятори; оптик-кимё саноати тасвирий шишаси, ультрабинафша ва инфрақизил оптиканинг бўлимлари ва бошқа мақсадларда ишлатилади. Микроскоп, спектрограф, фотоокуляр, фотообъектив, телескоп, бинокль, кўзойнак, конденсатор, кўзгу, қайтаргичлар тайёрлашда ишлатилувчи шиша қотишмалари бир хил, тиниқ, кимёвий мустаҳкам ва махсус оптик хоссаларга эга бўлиши керак. Нурли техника шишаларидан светофор, фара, прожектор, ёритгич, линза, йўл белгилари; пишиқланган лист шишадан автомобиль, самолёт, тепловоз, трамвай ва теплоходларнинг дераза ва иллюминатор ойналари, эшиклари, ажраткичлари, урамлари, нурфильтрлари; триплекс шишасидан «Нексия», «Дамас», «Тико», «Зил», «Волга», «Москвич», «Жигули» автомобилларининг эшик ойнаси, олд ойнаси тайёрланади. Шунингдек, шишадан автомобилларнинг корпусини ҳам ясаш мумкин.

Шиша яқиндан бошлаб, атом ва ракета техникаси ҳамда квант электроникасида қўлланилмоқда. У атом техникасида нур сочилишидан сақланиш, нур тарқалишини дозировка

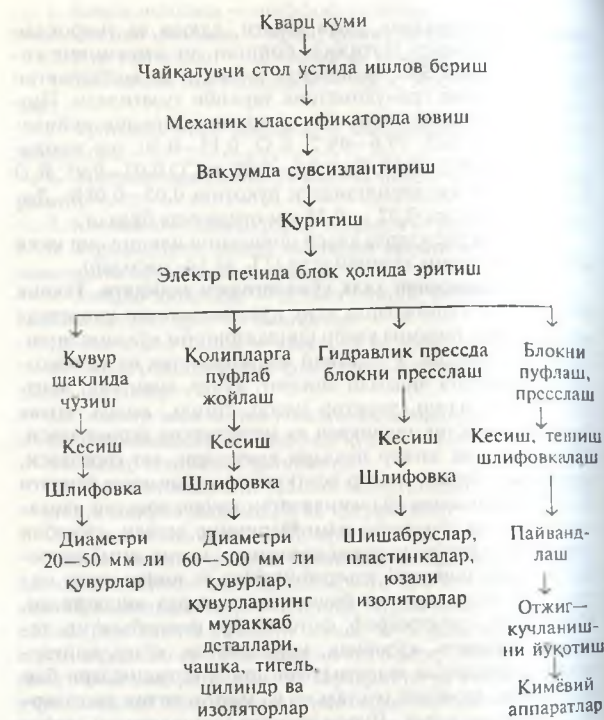

13- расм. Бўғиқ кварц шишаси асосида турли буюмлар ишлаб чиқаришнинг солдалаштирилган технологик схемаси.

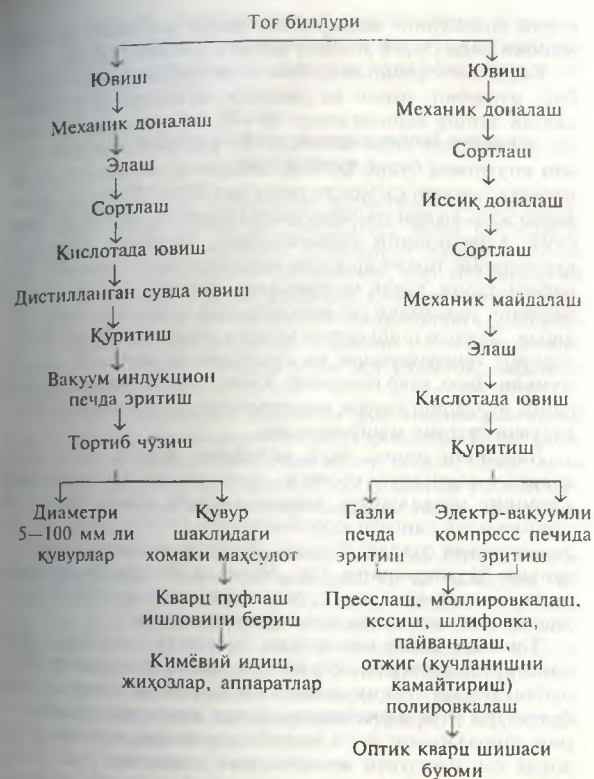

14- расм. Шаффоф кварц шишаси асосида буюмлар ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси.

қилиш, радиоактив нурдан сақланиш каби муҳим вази-
фаларни ҳам бажаради. Бундай шишалар олдида юқори
температурага чидамлилик, коррозияга учрамаслик, нур
таъсирида хоссаларини ўзгартирмаслик каби талаблар
қўйилган. Кристалланган шишадан тайёрланган бошқа-

рувчи снаряднинг конуссимон қисми ҳам қайд этилган ижобий сифатларга эгаллиги билан ажралиб туради.

Квант электроникасида эса актив модда (неодим, эрбий, иттербий, церий ва самарий оксидлари)дан тайёрланган шиша асримизнинг 60—70 йилларидан бошлаб лазер сифатида ишлатилмоқда. Бу кашфиёт фаннинг улкан ютуғигина бўлиб қолмай, инсоният маданияти ҳазинасига қўшилган салмоқли ҳисса ҳам бўлди. Чунки у жисмларни жуда юқори температурала қиздириш, физик ва кимёвий жараёнларни тезлаштириш, жарроҳ, заргар ва қурувчининг тисғиз ишлаши, предметларнинг ҳажмий таъбирини олиш, турли материаллар, суюқлик ва газ муҳитларининг таркибини тез аниқлаш каби имкониятларни туғдирди. Лазерли шишаларни маълум маънода радиотўлқинларнинг генераторлари ва кучайтиригичлари деб қараш мумкин. Зеро, улар генератор, қуёш, аланга, чақмоқ электр лампа нурларига улароқ монохроматик ва тор ўлчамли тарқалувчи ёруғлик манбаларидир.

Лазернинг олмос, ёқут, вольфрам, корунд каби моддаларни сариеғдек кесиши, тешиши ва пайвандлаши уларнинг металлургия, машинасозлик, кимё, қогоз ва тўқимачилик саноати корхоналарида катта аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Лазерли шишалар ернинг сунъий йўлдошларини, Ой, Марс ва Венера планеталарини, космик кемаларни, радиоактив жараёнларни кузатиш ва ўрганишда ҳам кенг қўлланилмоқда.

Тошкент Кимё-технология институтининг бир гуруҳ олимлари олиб борган кўп йиллик илмий изланишлар республикамизда техник шишанинг бир неча турлари—йўл белгилари учун ишлатилувчи оптик шишалар, термометрик шишаларнинг янги модификациялари, маълум миқдорда ток ўтказувчи яримўтказгич шишалар, ўта юксак фазилатларга эга биошишалар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкинлигини исботлаб берди.

Техник шишалар таркиби ва технологиясини яратишга оид ишлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Иссиқлик физикаси ва Ядро тадқиқотларини олиб бориш институтларида, «Физика-Қуёш» ишлаб чиқариш бирлашмасининг материалшўнослик институтида, Тошкент Давлат 2-чи Тиббиёт институти лабораторияларида, Тошкент «Оникс» ҳиссадорлик жамиятининг шиша ла-

бораториясида, Фарғонанинг «Қувасой шиша» корхонаси тажриба неҳида, «Тошкент-кабель» ишлаб чиқариш бирлашмасида ва бошқа муассасаларда муваффақиятли олиб борилмоқда.

11-§. Маиший-хўжалик шишаси ишлаб чиқариш технологияси

Маиший-хўжалик шишасининг аҳамияти. Маиший-хўжалик шишасидан турли хил уй-рузғор, безак буюмлари, хўжалик асбоблари ясалади. Шишанинг кашф этилиши турли-туман шакллардаги бутилкалар, ҳар хил банка ва идишлар, вазалар, стакан, қадаҳлар, қисқаси турмуш учун зарур буюмларнинг кўплаб ишлаб чиқарилишига олиб келди. У минг йиллар давомида кишилар учун таом сийиш, аёллар учун безак, болалар учун эса ўйинчоқ сифатида хизмат қилиб келди.

Бундай шишаларни адабиётда яна маданий-маиший шишалар номи билан ҳам аташ қабул қилинган. Булар қаторига биллур, идиш-товоқ, тара, кўзгу, ойнак, безак, арча ўйинчоқлари кабилар қиради. Улар ёрдамида уй-жойлар, маданий-маиший муассасалар безалади ва эксплуатация қилинади.

Маиший-хўжалик шишасининг таърифи. Таркиби, асосан кремнезём, глинозём, ишқорий-ер ва ишқорий оксидлардан ташкил топган ҳамда суюқ, пастасимон ва қаттиқ маҳсулотларни қадоқлаш, сақлаш ва узатиш учун хизмат қилувчи шаффоф аморф моддалардан юқори температураларда шакллаш йўли билан олинган буюмларга маиший-хўжалик шиша буюмлари деб аталади.

Маиший-хўжалик шишаларининг турлари. Улар, асосан уч катта қисмдан иборат:

1. Тара шишаси;
2. Сорт (нав)ли шиша;
3. Бадиий-декоратив буюмлар шишаси.

Шиша тараси буюмлари ўз навбатида икки катта гурпага ажралади:

1. Бўғзи тор шиша тараси—оғзининг ички диаметри 30 мм дан кам бўлиши зарур. У суюқ маҳсулотларни қадоқлаш ва сақлаш учун хизмат қилади;

2. Бўғзи кенг шиша тараси — оғзининг ички диаметри 30 мм дан катта бўлади. Шунинг учун яримсуюқ ва қат-

тиқ маҳсулотларни қадоклаш ва сақлаш мақсадларида ишлатилади.


Сортлаш ва бадий-декоратив шишаларнинг ишлатилишига қараб ошхона идиши, вино ва ичимликлар идиши, бадий-декоратив буюмлар каби турларга ажралади. Шакллаш турига қараб эса бундай шишалар пуфлаб шаклланадиган, пресспуфлаш орқали тайёрланадиган ва пресслаш усули билан олинадиган буюмлар турларга бўлинади. Яриммаҳсулотга ишлов бериш турига қараб улар шакллаш вақтида бадий безак бериладиган, гравирлаш усулида ишлов берилган, шлифовкадан ўтказилган, эмаль ҳамда бўёқлар ёрдамида бадий-декорацияланган икки таркибли шишани қаватма-қават ёпиштириш усулида олинадиганларга бўлинади. Таркибига қараб эса қўрғошин оксидли ва қўрғошинсиз таркиблиларга ажратилади.

Машиий-хўжалик шишалари ишлаб чиқаришнинг технологик тизимлари. Қуйида икки турли шиша— шиша тара ва биллур буюмлари ишлаб чиқаришнинг технологик тизимлари келтирилади (15- ва 16- расмлар).

Шиша тара таркибига, асосан учта оксид — SiO_2 , CaO ва Na_2O киради. Шишанинг этилиши ва олинаётган буюмларнинг сифатини яхшилаш мақсадида таркибига 3—3,5% MgO (CaO ҳисобидан) ва 3—5% Al_2O_3 (SiO_2 ҳисобидан) киритилиши мумкин. SiO_2 ўрнига 1% гача B_2O_3 ва Na_2O ўрнига 2—3% K_2O қўшилиш ҳам шиша сифатини яхшилайди. Шаффоф шиша тара таркибига 0,1% гача, яримоқ шишалар таркибига эса 0,6% гача Fe_2O_3 бўлишига йул қўйилади. Рангли шиша тара таркибига эса 1,5—2% Fe_2O_3 ва 1—2% гача MnO кириши мумкин.

Шиша тара шихтаси таркибига SiO_2 бойитилмаган кварц қумлари, Al_2O_3 — нефелин концентрати, CaO — оҳактош, CaO ва MgO — доломит, Na_2O — тегишли сода ва сульфатлар орқали киритилади.

Кўп тарқалган шиша таранинг таркиби (мас., %) келтирамиз: SiO_2 —73, Al_2O_3 + Fe_2O_3 —2, CaO + MgO —10, Na_2O + K_2O —14,5 ва ниҳоят SO_2 —0,5. Бундай таркибли шишалар анчагина мустаҳкам бўлиб, уларнинг ташқи ва ички босимга чидамлиликлари 15—17 атм гача боради.

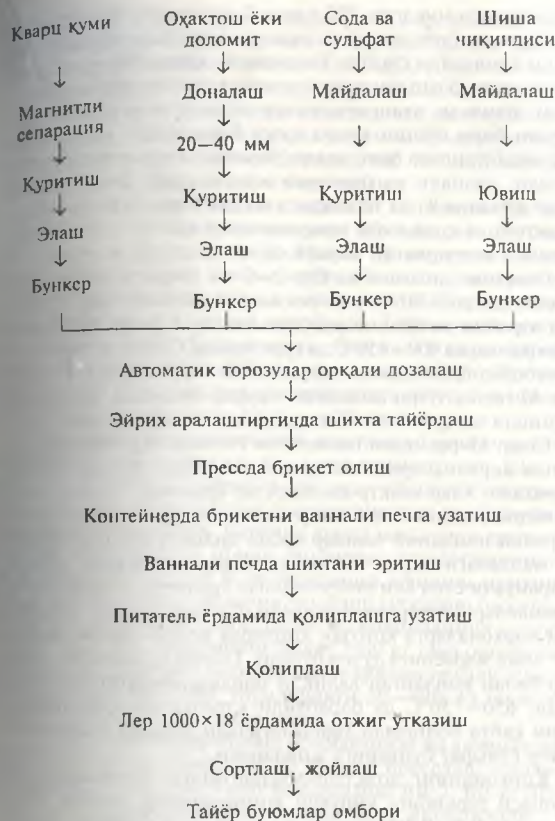

15- расм. Тара шишаси ишлаб чиқаришга оид технологик тизим.

Тара шиша шихтасини тайёрлаш ва пишириш—қурилиш шишалари ишлаб чиқариш технологияси жараёнига ухшаб кетади. Уларнинг тайёрлов цехлари ўзларининг улканлиги билан ажралиб туради ва 1 суткада тайёрлана-

диган шихта миқдори 300 т гача бориб етали. Бундай шишалар таркибига энг кўп миқдорда корхона чиқиндиси ва шиша синиқлари киради. Уларнинг миқдори 50% гача бўлиши мумкин. Улар жағли майдалагичлар ёрдамида майдаланади, ювилади, элаш орқали сортланади. Асосий хомашёлардан бири булган кварц қуми бойитилади ва таркиби бир хил бўлишига эришилади, барабанли қуритгичда қуритилади, эланади ва бункерга жунатилади. Керакли қум 1 см² юзасида 81 та тешикли элакдан ўтган бўлиши шарт. Оҳактош ва сода каби компонентлар ҳам 15-технологик тизимда келтирилган жараёнлар бўйича ишлов олади.

Оҳактош, доломит ва бур 2—3 см ўлчамли бўлакчалар ҳолига келгунча болғачали ёки жағли майдалагичлар, шарли ёки азробил тегирмонларда доналанади. Сунгра барабанли қуритгичларда 400—450°C да қуритилади. Сунгра азробил тегирмонлар ёрдамида майдаланади ва 1 см² юзага 64 тешик ёки 49 тешик тўғри келадиган элаклар ёрдамида эланади ва тортишга тайёр компонентлар бункерига жунатилади.

Сода, 15-расмдаги технологик тизимда кўрсатилгандек, шиша корхоналарига тайёр ҳолда қоғозли қопларда келтирилади. Улар электр юклагичлар ёрдамида тортиш олди бункерига жунатилади. Агар сода узоқ муддат сақланиши туфайли намланиб тошлар ҳосил қилса, у ҳолда болғачали майдалагичларда майдаланади ва қуритилади, сунгра тебранувчи стол ёки виброэлаклар ёрдамида эланиб тайёр хомашёлар бункерига узатилади. Сунгий натрий сульфат ҳам корхоналарга қоғозли қопларда келиб тушади ва фақат элаш жараёнига дучор бўлади. Табиий сульфат эса тишлар билан қопланган валикли майдалагичларда майдаланади, 650—750°C да барабанли қуритгичда қуритилади, яъни қайта болғачали майдалагичдан ўтказиб эланади ва тайёр сульфат бункерига жойланади.

Корхонанинг дозалаш-аралаштириш бўлимида тара шишаси таркибига кирувчи компонентлар автомат тормозларда 0,2—0,3% аниқликда тортилади. Тортиш 3—3,5 минутни, конвейерга юкланиши 1,5—3 минутни ташкил этади. Компонентлар конвейер ёрдамида айланувчан жом кўринишли Эйрих аралаштиргичларига узатилади.

Тайёр шихта оралиқ бункерга тушади ва лентали конвейер ёки конвейер-кюбель ёрдамида печга узатилади. Шихта печга пневмотранспорт орқали ҳам узатилиши мумкин. Бу

операциялар автоматлаштирилган бўлиб, бир дозалаш-аралаштириш бўлимининг қуввати замонавий шиша ишлаб чиқариш корхоналарида суткасига 500—600 т шихтага тенг.

Баъзи корхоналарда гранула ҳолига келтирилади, барабанли грануляторларда гранула ҳолига келтирилади, сунгра печга узатилади. Бу ҳолда унсимон компонентларнинг (эриш вақтида) атмосферага учиб кетиши кескин камаяди ва экологик ҳолат яхшиланади.


Тара учун мўлжалланган шиша кўп тоннажли булганлиги сабабли, шихтали эритиш учун асосан протокли (пишириш ва қолипланишга тайёр булган бўлимлар ораси тешик) ванна печидан фойдаланади. Печдаги температура 1480—1550°C атрофида бўлиши мумкин. 1550°C да суткасига бассейнининг 1 м² юзаси ҳисобидан 2200 кг гача шиша олинishi маълум. Бассейнидаги эритилаётган шаффоф шиша қалинлиги 600—900 мм ни ташкил этади. Проток орқа бўлими бассейнидаги қолипланишга тайёр тоза шиша массасининг қалинлиги 300 дан 600 мм гача.

Тара шишасини пиширишда шихтанинг эришини тезлаштирувчи омилларни қўллаш кагга аҳамиятга эга. Шиша массасини кўпиклаштиришга эришиш, қўшимча электриситиш, кислородли пуфлаш ёқилғининг тўла ва эффектив ёнишини таъминлайди. Биргина шиша массасини аралаштириб туриш орқали шиша пишириш агрегатларининг унумдорлигини 20—25 % га оширишга эришиш мумкин. Қўшимча электриситгичларни ўрнатиш суткасига бассейнининг 1 м² юзасидан олинадиган ва қолипланишга сарф буладиган шиша миқдорини 3000—3500 кг гача ошириши мумкин. Шу ва бошқа янгиликларни қўллаш орқали шиша пишириш печларининг унумдорлиги 30—40% га оширилиши мумкинлиги тасдиқланган.

Тара шишасини қолиплаш яримавтомат ва автоматлар ёрдамида пуфлаш, пресслаш ва пуфлаб пресслаш усуллари орқали бажарилади. Ушбу мақсадларда ВВ-2, ВВ-6, ВВ-12, 2 ЛАМ, АВ-6, ПВМ каби машиналар ишлатилади.

Шиша қолиплаш машиналари ниҳоятда унумдор агрегатлардир. Масалан, 2 ПВМ-12 машинасида 1 минутда 55—60 дона банка, 3 ПВМ-12 да эса 25—30 дона буюм қолипланади. ВВ-12 типдаги машиналарнинг қолиплаш қуввати 1 минутга 100—160 та бутилкани ташкил этади.

Тара шишалари қолипланганидан сўнг туннелли конвейер печларига узатилади. Идиш конвейернинг металл

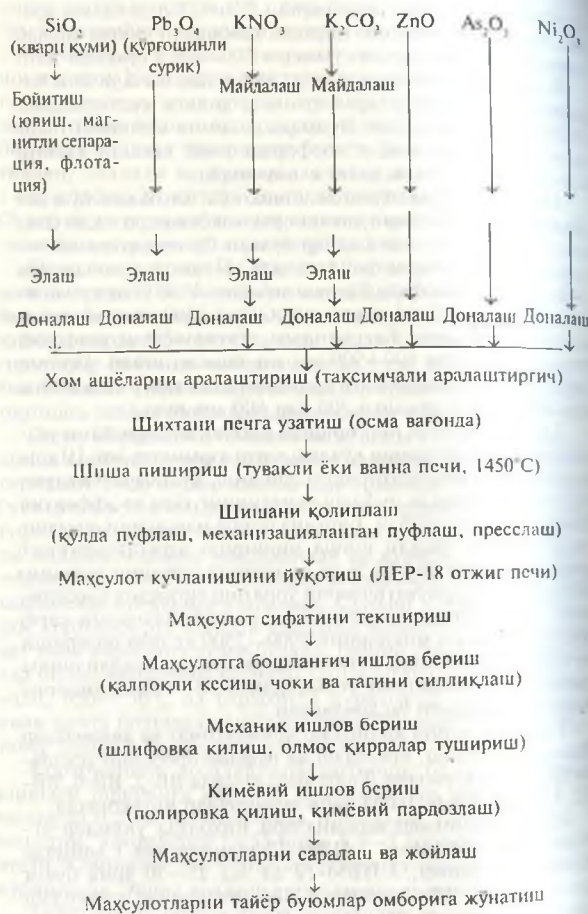

16-расм. Қурғошинли биллур маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси.

сеткаси устида жойлашган бўлиб, маълум температурада ички кучланишдан холи бўлади. Бу жараён отжиг деб аталган юқорида ёзилган эди.

Шиша саноатида отжиг учун ЛЕР-18 ва ПО-180 маркали қурилмалардан фойдаланилади. Уларда иссиқлик газ ениши ёки электр токи орқали ҳосил қилинади.

Тара шишаларининг сифати ПКС-500 ва бошқа маркали поляроид микроскоплари ёрдамида текширилади. Сунгра буюмлар қоғозларга ўралади ёки махсус қутича ва яшиқларга жойланади ва тайёр буюмлар омборига жўнатилади.

Биллур таркиби ҳам шиша тараси таркиби каби турлича бўлади (14 ва 15-жалваллар). Оғир биллур таркибида 30 % дан кўпроқ қурғошин оксиди, 50—60 % қум ва 9—12 % калий оксиди бор. Бундай биллурнинг нур синдириш коэффициентлари 1,565 атрофида бўлади. Енгил биллур таркибига эса 17—27 % қурғошин оксиди, 1—5 % кальций оксиди, 12—17 % натрий ва калий оксидлари, 55—65 % кремний (IV) оксиди киради. Уларнинг нур синдириш коэффициентлари 1,535—1,560 ораллиғида бўлади. Яримбиллур номи билан аталувчи маҳсулот турида эса 13 % гача қурғошин (II) оксиди, 3—8 % гача барий оксиди ва 2 % гача бор (III) оксиди бўлади. Чех биллур деб аталувчи турда эса қурғошин оксиди мутлақо бўлмайди. Унинг таркибида 75—77 % кремний (IV) оксиди, 5—7 % кальций ва барий оксидлари, 1—3 % натрий оксиди ва 14—18 % калий оксиди бўлади. Бундай буюмларнинг нур синдириш коэффициентлари 1,480—1,500 атрофида бўлади.

Ўзбек биллур номи олиган маҳсулотлар таркибида 59 % қум, 24 % қурғошин (II) оксиди, 16 % калий (I) оксиди, 1 % рух оксиди бўлади. As_2O_3 -оқартирувчи ва Ni_2O_3 -физикавий рангсизланттирувчи вазифаларини ўтайди. Улар 100% ли шихта устига жула оз миқдорда қўшилади (As_2O_3 миқдори 0,1—0,5 %, Ni_2O_3 -0,01—0,02% атрофида).

Хомашёларни тайёрлаш юқорида келтирилган схемала худди шиша тарасидагидек бир тарзда ўтади. Қумни бойитиш магнитли сепарация ва тесбранувчи стол ёрдамида амалга оширилади. Хомашёларни майдалаш учун ишлатиладиган жиҳозлар уларнинг қаттиқлиги ва бошқа хусусиятларига қараб танланади. Шиша тайёрлаш тақсимчали ва бошқа типдаги аралаштиргичларда бажарилади.

Шихтани эритиш ва шиша олиш, асосан ванна ва тувакли печларда амалга оширилади. Биллур буюмлар иш-

МДХ мамлакатларида ишлаб чиқариладиган қўроғошинли биллурнинг таркиби

Оксидлар тури	Оксидларнинг миқдори, % ҳисобида								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
SiO ₂	55,5	55,5	58	57	57	57	62	62	59
PbO	30	30	25	25	25	28	20	19	24
BaO	—	—	—	3	—	—	—	—	—
ZnO	—	—	—	—	3	—	—	1	1
Na ₂ O	—	2	3	4	4	3	3	2	—
K ₂ O	14,5	12,5	14	11	11	12	15	16	16
As ₂ O ₃	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
n ₂	1,565	1,566	1,555	1,560	1,559	1,561	1,541	1,539	1,560

* Ўзбекистон биллурига оид маълумотлар

МДХ мамлакатларида ишлаб чиқарилаётган қўроғошинсиз биллурнинг таркиби

Оксидлар тури	Оксидларнинг миқдори, % ҳисобида					
	1	2	3	4	5	6
SiO ₂	77	76	74	58	59	60
CaO	5	5	6	—	—	—
BaO	—	—	—	18	20	10
ZnO	—	—	2	5	2	10
Na ₂ O	9	5	4	3	4	10
K ₂ O	9	14	14	16	15	10
Sb ₂ O ₃	0,2	0,15	0,15	—	0,4	0,3
As ₂ O ₃	0,1	—	0,1	0,3	—	—
n ₂	1,501	1,500	1,505	1,534	1,533	1,531

14-жадвал

лаб чиқаришда печ ичидаги температура 1450—1470°C атрофида бўлади. Қўроғошин PbO ҳолатидан Pb (металл) ҳолига қайтмаслиги учун шихтани қайнатиш жараёнини кислородли муҳитда олиб бориш лозим. Эритиш учун кетадиган вақт 4—5 соатни ташкил қилади.

Турли таркибда ва оз миқдорда биллур пишириш эса туякли печларда олиб борилади. Шиша чиқиндисини саноат печига юклаш вақтида температура 1250°C бўлса, уларнинг устига 1—1,5 соатдан кейин шихта юкланади. Шихта юбориш вақтидаги температура бир оз баландроқ — 1350—1420°C бўлса маъқул. Шихта ишлаб чиқариш шароитида қисмлаб (икки ёки уч қисмда) 1—1,5 соат мобайнида печга юкланади. Шихтани бутунлай эритиш, биқиллатиб қайнатиш ва оқартиришга 1460—1470°C да 6—7 соат вақт сарф бўлади. Биллур бутқасини совутиш ва қолиплашга тайёрларлик 2—3 соат вақтни талаб қилади. Натижада шиша эритмасининг температураси 1380—1260°C гача камаяди. 1260—1250°C да биллур шишаларини қолиплаш қўлда пуфлаш, механизациялашган пуфлаш ва пресслаш усуллари орқали амалга оширилади. Биллурни қўлда пуфлаш биллурсоздан юксак дид ва катта маҳорат талаб қилади.

Биллурсозликдаги кейинги жараён отжиг бўлиб, у махсус туннель печларида 550—400°C ли температурада буюмни аста-секин совутиш йўли билан кучланишлардан холи этишдир. Агар тайёр буюмлар қолиплардан олинганидан кейин тез совитилса ёрилиб кетиши мумкин. Чунки буюмнинг совиган сирти ва совиб улгурмаган сополакнинг урта қисми ўртасида номувофиқлик юзага келади.

Биллур технологиясидаги яна бир нозик ва мураккаб жараёнлардан бири буюмларга гул чизиш ва сурат солишдир. Бу юксак маҳорат талаб қиладиган иш олмосли станоклар ёрдамида, қўл кучи иштирокида амалга оширилади. Гул солиш ва қирралар чизиш айланувчан сайқаллаш диски ёрдамида бажарилади.

Турли гул, сурат ва нақшлар чизилганидан сунг 40% ли плавик кислота ва 96—98 % ли сульфат кислота иштирокида сайқал берилади. Натижада буюм тоза ва нафис бўлиб қолади.

Маиший-хўжалик шишаларининг ишлатилиши. Маиший-хўжалик шишасидап стакан, рюмка, бутилка, банка каби рўзгор учун керакли буюмлар тайёрланади. Санъат маҳсу-

лига яқин турган биллур буюмларни айтмайсизми? У баъраётган жилваларни яна қандай моддада учратиш мумкин. Бундай шишадан тайёрланган кўза, графин, амфора, қадах, флакон, саватча, ваза, манзарали лаган, датнис, кубокларга чиройли ва шаффофлиги жиҳатидан қандай буюм тенглаша олади?

Н. И. Левитскаянинг «Балет», М. А. Врубельнинг «Отлик», Г. А. Гушиннинг «Панжара», И. Каплицкийнинг «Шашасозлик» номли гурли хил музейлардан жой олган манзарали тасвирлари, М. В. Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети биносининг Л. В. Руднев проекти бўйича тилла ранг шиша билан қопланган минора найзаси, Кремль Спасский минорасининг рубин шишали юлдузи, расом И. М. Рабинович ва П. Д. Коринларнинг Москва метрополитенига ўрнатилган «Ғалаба», «Александр Невский», «А. В. Суворовнинг Альпдан ўтиши» номли мозаик паннолари, Санкт-Петербург Давлат эрмитажи, Тошкент Амир Темур музейи ва Тошкент метрополитенида ўрнатилган люстралар, скульптор И. М. Чайков ва инженер Ф. С. Энгелс яратган шиша фонтанлар шишанинг халқ ҳўжалигида катта аҳамиятга эга эканлигини исботлайди.

Маиший-ҳўжалик шишаларини ишлаб чиқариш истиқболлари. Ўзбекистонда бундай шишалар ишлаб чиқаришга Республика Ҳукумати катта аҳамият бермоқда. Тошкент шаҳрида жойлашган «Оникс» ҳиссадорлик жамиятига қарашли бирлашмада маиший-ҳўжалик шишаларининг икки асосий тури — қўрғошинли биллур ва қўрғошинсиз рангли шиша буюмлари катта миқдорда ишлаб чиқарилмоқда. Айниқса, шу корхонанинг биллур буюмлари ўзининг юксак эстетик ва физик-оптик хусусиятларига кўра халққа жуда манзур бўлмоқда. Тара шишаси эса Тошкентдаги «Биллур», Фарғонадаги «Кувасой шиша» корхоналарида ишлаб чиқарилмоқда.

Яқин йиллар ичида юқорида номлари қайд этилган ва бошқа корхоналарни чуқур ислоҳ қилиш ва хусусийлаштириш, ушбу мақсадлар учун чет эл ва мамлакатимиз инвесторларини кенг жалб этиш чора-тадбирларини амалга ошириш режалари мавжуд. Бу режаларнинг амалга оширилиши эса ўз навбатида маиший-ҳўжалик шишалари ишлаб чиқаришни такомиллаштиради, чиқарилаётган маҳсулот сифатини яхшилайди.

12-§. Ситалл ишлаб чиқариш

Ситаллнинг яратилиш тарихи. Ситаллларнинг илк бор тури «Пирокерам» ва «Фотокерам» Америка Қўшма штатларида 1957 йили Стуки томонидан «Корнинг» фирмасида олинди. Шундан кейин бутун дунёда ситалл ва унга ўхшаш моддалар олиш устидаги илмий-тадқиқот ишлари қизиб кетди. Натижада Руминияда «Румин чинниси», Шаркий Германияда «Витрокерам», Японияда «Девитрокерам» ва «Мираклан», Чехословакияда «Кристон», Польшада «Квазиглас», «Квазикерамика» ва «Дисилиталь», Венгрияда «Минельбит», Россияда «Ситалл» ва «Фотоситалл» номи билан аталувчи турлари пайдо бўлди.

Америкада Стуки ва Шулер, Россияда москвалик олимлар И. И. Китайгородский ва Н. М. Павлушкин, Беларуссияда Л. А. Жунина, Грузияда К. С. Кутателадзе, Қозғистонда С. Т. Сулейманов, Ўзбекистонда Н. А. Сирожиiddинов ва шу китоб муаллифларидан бири пирокерам моддаларнинг фақат таркиби ва технологиясинигина яратиб қолмай, уларнинг олинишини чуқур илмий-назарий асосда таърифлаб бердилар ва бу соҳанинг ривожланишига салмоқли ҳисса қўшдилар.

Ситаллнинг таърифи. Таркибига махсус қўшимчалар қўшилган шишаларни термик йўл билан паст температурада кристаллаш натижасида олинадиган, кичик ҳажмли кристаллар ва шиша қолдиғининг ўзаро бирикиб кетишидан ташкил топган, юқори механик ва бошқа кўпгина фойдали хусусиятларга эга бўлган материаллар *ситалл* деб аталади.

Ситалл русча «Стеклокристалл» сўзидан олинган бўлиб, шишанинг бош ҳарфи ва кристалл сўзининг охириги бўғини йиғиндисидан иборат.

Ситалл шиша моддалардан таркиби, асосан кристалл тузилишига эгаллиги, бошқа кристалл моддалардан эса нафис ва бир таркибли микрокристалл тузилишга эга эканлиги билан фарқланади. Агар ситалл кристаллларнинг ўлчами кичик ва кўриниши игнасимон бўлса, унинг механик мустаҳкамлиги жуда юқори бўлади.

Ситаллар учун хос нарсаларнинг кристалл доналарини ўлчами жуда кичик, аксариятини эса бир микрон ва ундан ҳам кичик ўлчамда бўлишидир.

1. Коллоидли қушимчалар — Ag, Au, Cu ва бошқалар;
2. Шаффофликни сундирувчилар — F, TiO_2 , ZrO_2 , FeS, Cr_2O_3 ва бошқалар.

Ситалл турлари. Ситаллар асосан икки катта гурппага бўлинади:

1. Реактив ва табиий хомашёлар асосида олинадиган техник ситаллар. Улар ўз навбатида таркибига кўра, турларга ажралади: а) литийли ситалл; б) қўроғошинли ситалл ва ҳоказо. Яна техник ситалл маҳсулотнинг хусусиятларига кўра ҳам турлича бўлади: а) иссиққа чидамли ситалл; б) шаффоф ситалл ва ҳоказо.

2. Саноат чиқиндилари ва тоғ жинслари асосида олинадиган қурилиш ситаллари. Улар ҳам икки турга ажратилади: а) шлакли ситаллар ва б) петроситаллар. Шлакли ситалларнинг уч тури адабиётларда маълум:

а) қора металлургия саноати шлаклари асосида олинган ситаллар;

б) рангли металлургия саноати шлаклари асосида олинган ситаллар;

в) бошқа шлаклар (фосфор саноати чиқиндиси, иссиқлик электр станциялари кули ва бошқалар) асосида олинган ситаллар.

Петроситалларнинг икки тури маълум:

а) базальт, диабаз ва бошқа тоғ жинслари асосидаги ситаллар;

б) бойитиш корхоналарининг руда қолдиғи ва бошқа чиқиндилари асосида олинадиган ситаллар.

Ситаллар ишлатилиш соҳаларига кўра эса уч катта гурппага ажратилади:

1) қурилиш ситаллари;

2) техник ситаллар;

3) хўжалик-маиший ситал.

Ситалларни уларнинг таркибига кирган кристалл фаза номи билан аташ ҳам кўпгина мавбаларда учрайди. Қуйида улардан баъзиларининг номи келтирилади:

1. Сподумен таркибли ситаллар. Улар $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системаси асосида TiO_2 катализатори иштирокида олинган бўлиб, уларнинг асосий кристалл фазалари β -сподумен $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-4\text{SiO}_2$, β -эвкрипит ва $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-2\text{SiO}_2$ ва кварисимон қаттиқ эритмалардан ташкил топган бўлади. Титан (IV) оксиди шиша шихтаси таркибига 4—6 % ат-

рофида қўшилади. Ситалл олиш жараёни икки паллани бўлади: биринчи ишлов 700—900°C да 2 соат давомида бўлса, иккинчи ишлов 1000—1150°C да 2—4 соат давомида олиб борилади;

2. Кордиерит таркибли ситаллар. Улар $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системаси асосида TiO_2 иштирокида олинади. Уларнинг танасини ташкил этган асосий фаза кордиерит $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$ минералидан иборат. Кристалл марказларини ҳосил қилиш учун қўшиладиган титан (IV) оксидининг миқдори 9—11 % гача боради. Ситалл ҳосил қилиш бир поғонали бўлиб, у 1250—1300°C да 1—16 соат давомида олиб борилади.

3. Юқори кремнезём таркибли ситаллар. Улар таркибига 85—92% гача SiO_2 кирган шихталар асосида олинади. Кристалланиш катализатори родини таркибига 7,5—14,5 % миқдорида киритилган Na_2O бажаради. 3,6 % атрофида қўшилган фтор эса кремнезёмни паст температурада эриб, шишага ўтишини таъминлайди. Бундай ситалларнинг таркибида асосий кристалл фазалар сифатида тридимит ва кристобалит ҳосил бўлади. Ситалл ҳосил қилиш жараёни икки поғонали бўлиб, биринчи кристаллаш поғонаси 720°C да 2 соат давомида, иккинчи кристаллаш эса 840—900°C да 1—10 соат давомида амалга оширилади.

4. Қўроғошин таркибли ситаллар. Улар $\text{PbO}-\text{ZnO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системаси асосида олинган. P_2O_5 , WO_3 , MoO_3 лар катализаторлар сифатида қўлланилган. Уларнинг шишаларини кристаллаш жараёни икки босқичда утказилган. 1-босқичлаги температура 500°C, ушлаш вақти 2 соатни ташкил этган, 2-босқич 700°C да 1 соат давомида амалга оширилди.

5. Мелилит таркибли ситаллар. Улар $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ системаси асосида ZrO_2 катализатори иштирокида олинган. Шиша таркибига кирган катализатор миқдори — 10%. Ситалл таркибидаги кристалл фаза геленит $2\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ — акерманит $2\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2$ минералларининг қаттиқ қотишмасига тўғри келади. Шишаларни ситаллга утказиш 2 поғонали: биринчи поғонада температура 750°C, кристаллаш вақти 2 соат; иккинчи поғонада температура 1000°C, кристаллаш вақти 3 соатни ташкил этади.

6. Диопсид таркибли ситаллар. Уларнинг асосий фазаси $\text{CaO}-\text{MgO}-2\text{SiO}_2$ минералига тўғри келади. Улар $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2$ системаси асосида олинган. Кристалланиш нуклеа-

тори вазифасини 1 % миқдорида қўшилган Cr_2O_3 бажарган. Кристаллаш жараёни бу ерда ҳам икки поғонали: биринчи поғонада температура 850—950°C да ушланган. Адабиётларда бундай ситалларни бир маротаба температура бериш орқали ҳам олиш мумкинлиги келтирилган.

Қуйида ишлатилаётган хомашё турига қараб таснифланган — саноат чиқиндилари ва тоғ жинслари асосида олинган уч турли ситалларга оид маълумотлар келтирилади:

1. Шлакли ситаллар. Шлак номли саноат чиқиндилари асосида олинган. Шлак таркиби (мас. % ҳисобида): SiO_2 49—63, Al_2O_3 5.4—10.7, CaO 22.9—29.6, MgO 1.3—12, Fe_2O_3 0.1—10, MnO 1—3.5, Na_2O 2.6—5 ва Cr_2O_3 0.1—2. Рангли ситалл олишда уларга оз миқдорда кристаллаш нуклеаторлари: MnS ва FeS лар қўшилади, оқ рангли ситалл олишда эса ZnO моддаси киритилади. $\text{FeS} + \text{ZnO} \rightarrow \text{ZnS} + \text{FeO}$ ва $\text{MnS} + \text{ZnO} \rightarrow \text{ZnS} + \text{MnO}$ жараёнлари орқали ситалл оқартирилади.

2. Кул ситаллари. Иссиқлик электр станциялари кули асосида олинган. Кул таркиби (мас. % ҳисобида): SiO_2 23.2—53.1, Al_2O_3 13.7—38.4, Fe_2O_3 3.1—8.4, FeO 0—14.4, CaO 2.6—26.7, MgO 0.2—4.9, SO_3 0.8—16 ва $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 0—2.9. Кул таркибидаги Fe_2O_3 ва FeO моддалари кристалланиш нуклеаторлари вазифасини бажарали. Бундай ситаллар бир маротаба кристаллаш йўли билан ва икки маротаба кристаллаш йўли билан ҳам олинган. Олинган натижалар бир-бирига яқин келади.

3. Петроситаллар. Ситалларнинг бу турини олишда уч турли тоғ жинслари ишлатилади:

а) отилиб чиққан тоғ жинслари — базальт, диабаз, гранит, нефелинсиенит ва бошқалар;

б) чуқинди тоғ жинслари — қум, тупроқ, мергель, каолин ва бошқалар;

в) метаморфик тоғ жинслари—гнейс, сланец, мрамор, серпентин ва бошқалар.

Айниқса базальтлар асосида ситаллар осон олинган. Базальт таркиби (мас. % ҳисобида): SiO_2 —48.4, Al_2O_3 —14.5, FeO —10, Fe_2O_3 —6.1, CaO —9.4, MgO —5.8, TiO_2 —2.6, MnO —0.2, Na_2O —2.5 ва K_2O —0.5. Кристаллаш нуклеаторлари сифатида 2—10% $\text{FeS} + \text{TiO}_2$, 0.5—10 % CaF_2 ва 1—4 % Cr_2O_3 ишлатилган. 2—4 % CaF_2 қўшилганда жуда сифатли ситалл олин-

ган. Температура бир поғонали бўлиб, 900—950°C ни ташкил қилган. Юқори температурада ушлаш вақти — 1,5 соат.

Ситалларнинг кимёвий таркиби. Ситалларнинг таркиби хилма-хил. Масалан, қўрғошинли ситаллар таркиби қуйидагича (мас. % ҳисобида): 75—82 PbO , 7—14 ZnO , 1.5—3 SiO_2 ва 0—3 Al_2O_3 ёки 16—18 PbO , 48—52 ZnO , 12—15 B_2O_3 ва 18—20 SiO_2 . Юқори кремнезёмли ситалл таркиби (% ҳисобида): SiO_2 85—92, Na_2O 7.5—14.5, Al_2O_3 0—2 ва F_2 3.6. Кордиеритли ситалл таркиби: MgO 17.8, Al_2O_3 — 25.3, TiO_2 —11.1 ва SiO_2 45.8. Сподуменли ситалл таркиби (% ҳисобида): Li_2O —12.1, ZrO_2 —3.6, SiO_2 —57.6 ва бошқалар. Геленитли ситалл таркиби: MgO —8.6, CaO —40, Al_2O_3 —15.4, TiO_2 —1 ва SiO_2 —35.2.

Ситаллар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган катализаторлар тури ҳам жуда кўп. Металли катализаторлар қаторида — Cu , Ag , Au , Si ва Pt бор. Оксидли катализаторга — WO_3 , MoO_3 , CeO_2 ва бошқалар кирилади. Мураккаб катализаторлар сифатида $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{MoO}_3$, $\text{TiO}_2 + \text{MeF}_2$, $\text{ZrO}_2 + \text{TiO}_2$, $\text{AgCl} + \text{SnO}_2$, $\text{La}_2\text{O}_3 + \text{Cu}_2\text{O}$ ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Ситалл олиш технологияси. Ситалл олиш технологияси оддий бўлиб, у бир қанча жараёнларни ўз ичига олади. Қуйида кордиерит таркибли ситалл олиш схемаси келтирилади (17-расм).



17- расм. Бир ва икки поғонали ситалл буюмлар олишнинг содда схемаси.

Ситалл хомашёси ҳақида гапирсак техник ситалли хомашёси кўп компонентли, саноат чиқиндиси ва тоғ жинслари асосида олинадиган, қурилиш ситалли хомашёси эса кам компонентли бўлади.

Техник ситалларни олишда кварц куми, оҳактош, сода, поташ каби хомашё турлари кўп ишлатилади. Шиша олишда улар бойитилади, темир бирикмалари ситалл ишлаб чиқаришда катализатор вазифасини ўтайди. Бу эса ситалл таннархининг пасайишига олиб келади.

Шихтага катализаторлар металл, оксид ва турли бирикмалар ҳолида қўшилади. Хром ва титан хром (III) оксиди ва титан (IV) оксиди формуласида киритилади. Фотоситалл олишда эса уларнинг ўрнига 0.002—0.2 % миқдорда кумуш хлорид, 0.1—0.3 % кумуш сульфат, 0.001—0.11 % олтин хлорид, қўшилади. Агар шиша шихтаси таркибига фтор қўшилиш керак бўлса, у криолит ёки натрий-кремний фториди ҳолида киритилади.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, ситалл шихтаси шиша шихтасидан таркибига кристаллашга хизмат қилувчи катализаторлар қўшилганлиги билан фарқланади. Аммо хомашёларни майдалаш, қуритиш, сортлаш каби жараёнлар шишасозликда ҳам, ситалл ишлаб чиқаришда ҳам бир хилдир.

Шихтани эритиш шишасозлик технологияси жараёнлари каби кечади. Ҳосил бўлган шишанинг тиниқ ва юқори сифатли бўлиши ситаллнинг ҳам сифатли қилиб олинishi таъминлайди.

Шишаларни кристаллаш жараёни муҳим ва мураккабдир. Кристаллаш нуқталарини туғри аниқлаш эса ўта муҳим ҳисобланади. Акс ҳолда буюм қўйилган талабларга жавоб бермайди.

Ситалл ишлаб чиқаришда буюмга паст температурада бир неча соат давомида ишлов берилади. Шу вақт ичида кристаллаш катализаторлари шиша массасидан ажралиб чиқади ва жуда кўп миқдордаги кристаллаш марказларини ҳосил қилади.

Ситалл кристалларининг марказларини максимал даражада ҳосил қилувчи температура дифференциал термик анализ орқали аниқ топилади. У ДТА чизиғидаги иссиқлик ютиш, яъни эндотермик эффекти пикига туғри келади (турли таркибли ситаллар учун 600—1000°C). Бундай ша-

роитда гомоген шиша массасидан катализаторлар ажралиб чиқади. Уларнинг ўлчами 10—100Å бўлганлиги туфайли шишанинг тиниқлиги ва шаффофлиги бузилмайди.

Кейинги операция — катализатор марказлари атрофида ситалл кристалларини ўстиришни таъминлаш учун ўтдондаги температура 200—300°C га оширилади (800—1250°C) ва шу шароитда шишага 1—4 соат давомида ишлов берилади. Бу вақт ичида кристалланиш марказлари атрофида асосий кристалл фаза ўса бошлайди ва унинг ўлчами 0.1—1 мкм бўлганда бир-бири билан тўқнашади. Кристалларнинг ўсиш температураси ҳам ДТА чизиғи орқали аниқланади. У ДТА чизиғидаги иссиқлик чиқариш, яъни экзотермик эффектга туғри келади.

Саноат чиқиндилари ва тоғ жинслари асосида ситалл олишда уларнинг таркибига аниқлик киритилади ва кўпинча таркибни пироксен ёки мелитит кристаллари таркибига туғрилаб қўйилади. Улардан худди юқорида айтганимиздек аввал шиша, сўнгра бир ёки икки усул билан термик ишлов бериб, керакли таркибга эга бўлган рангли ситалл материаллари олинади. Тоғ жинслари базальт, пироксен, мелитит ва бошқалардан ҳам ситаллар олиш шлакли ситалл олишга ухшаш бўлиб, шу жинсларнинг кристалланишга бўлган қобилиятини тўла ўрганиш орқали амалга оширилади.

Ситаллнинг хоссалари. Ситаллар шишаларга нисбатан юқори физик-кимёвий хоссаларга эга. Қуйидаги 16-жадвалда шлакли ситаллнинг бошқа буюмларга таққосланган ҳолати келтирилган.

16-жадвал

Шлакли ситалл ва баъзи бир бошқа материалларнинг асосий хоссалари

Кўрсаткич	Шлак-ли ситалл	Дераза ойна	Бстон	Чуян	Электротехника чингиси	Базальт қуйма тош
Солиштира оғирлиги, кг/м³	2600—2800	2500	2200—2600	7100—7800	2500	2000—3000
Сув ютувчанлиги, %	0	0	—	0	2—6	0,2
Иссиқликка чидамлилиги, °C	200—250	100	—	—	—	—
Иссиқликдан кенгайиш коэффициенти, $\alpha \cdot 10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$	65—85	89	100	100	—	80—100

Кўрсаткич	Шлак- ли ситалл	Дераза ойна	Бетон	Чуян	Элект- ротех- ника чингиси	Базальт куйма тош
Юмшашнинг бош- ланиш температу- раси, °C	950	850— 570	—	—	—	1050
Мустаҳкамлик че- гараси, МПа, ста- тик эгилиш буйича	90— 130	70	—	280	55	47— 80
Сиқилиш буйича	700— 900	600— 700	5—60	800— 1000	—	250— 500
Ишқаланишга қар- шилиқ, г/см ²	0.015— 0.025	0.5— 0.6	—	—	0.1— 0.25	0.02— 0.08
Ишқаланишга чи- дамлилиқ, г/мм ²	182	—	—	—	12.5	105
Юнг модули, ГПа	93	60—70	—	100— 130	—	—
Микроқаттиқлик, ГПа	8,1—8,4	4—6	—	2	5	—
Кимёвий турғун- лиги, %						
96 % ли H ₂ SO ₄	99,8	—	—	—	—	99,9
20 % ли HCl	98— 99,8	—	—	—	—	98,5
35 % ли NaOH	74,7— 90	—	—	—	—	98,5

Ситалларнинг ишлатилиши. Ситалл қурилиш материаллари, техника деталлари ва ҳўжалик-маиший буюм сифатида ишлатилади. Жумладан, 500×500 мм ўлчамда тайёрланган лист шлакситалл гидроизоляция мақсадида кенг қўлланилади. У яна уй-жой ва саноат қурилишида деворларнинг ташиқи ва ички томонларига безак беришда, хоналарни тўсиш ва полга ётқизилувчи материал сифатида ишлатилади.

Ситалл техникада ҳам кенг ишлатилади. Унинг сподумен таркибли тури температурага ўта чидамли бўлгани туфайли иссиқликка чидамли қувур, астрооптика, ракета техникаси деталлари ясашда қўл келади. Кордиерит таркибли ситалл мустаҳкам диэлектрик олишда, изолятор ясаш, электрик аппаратура деталлари ясашда кенг қўлланилади. Юқори кремнезём таркибли ситаллардан пайвандлаш деталлари ва бошқа буюмлар ясалади. Қўрғошин

таркибли ситаллардан турли электр вакуум асбоблари ва конденсаторлар ясашда кенг фойдаланилади. Ситалл иссиққа чидамли бўлгани учун лаборатория идишлари олишда, атом техникасида назорат қилиб турадиган стерженлар, насосларнинг қисмлари, иссиққа чидамли қувурлар, ракета двигателларининг қисмларини ясашда ишлатилади. Атом реакторида ишлатиладиган назорат стерженлари юқори термик узайиш хоссасига эга бўлиши керак, яъни 100·10³ град¹ дан юқори бўлмоғи талаб қилинади. Шундай мақсадга CdO-In₂O₃-SiO₂ ва CdO-In₂O₃-B₂O₃ таркиб тўғри келади. Бундай ситаллар радиацияга бардош бера олади. Маълумки, насослар халқ ҳўжалигида кўплаб ишлатилади. Ундан иссиқ ва агрессив суюқликлар ўтиб туради. Натижада насоснинг қисмлари едирилади. Шунинг учун насосларнинг ротор деб аталган қисми айнан ситаллдан ясалади.

АҚШ да SiO₂-Al₂O₃-CaO-P₂O₅ системаси асосида уй-рўзгор буюмлари ситаллдан тайёрланади. Улар синмайди, иссиқликка чидамли бўлади.

II боб

АНОРГАНИК (МИНЕРАЛ) БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР

13-§. Боғловчи моддалар

Анорганик ёки минерал боғловчи материаллар кукунсимон бўлиб, майда ва йирик тўлдиргичлар билан бирга сувда қорилганда суюқ ёки пластик қоришма ҳосил қилади: ҳосил бўлган масса аста-секин қотиб сунъий тошга айланади. Анорганик боғловчилар ишлатилиши ва хоссаларига кўра қуйидаги группаларга бўлинади:

1. *Ҳавода қотадиған боғловчи материаллар:* оҳак, гипс ва каустик магнезит.

2. *Гидравлик боғловчилар.* Бундай материаллар фақат ҳавода эмас, балки сувда ва намликда ҳам қотиш хусусиятига эга.

3. *Кислоталарга чидамли боғловчилар.* Бунга, кислотага чидамли эрувчан суюқ шиша, ишқор ва фосфат кислота, уларнинг тузлари асосида олинадиган цементлар ва қоришмалар мисолдир.

Қурилишда буюм хоссаларини ва боғловчи материалларни тежаш мақсадида қуйидаги махсус қўшилмалар ҳам ишлатилади:

1. Боғловчи материалларни чуқук ҳамда сульфат тузларига тўйинган сувлар таъсирида чидамлилигини ошириш мақсадида ишлатиладиган гидравлик ёки актив минерал қўшилмалар — трепел, опока, диатомит, трасслар, пемза, вулқон кули ҳамда туфи, актив кремний чиқиндилари, куйдирилган гил, глиеж, куйган жинслар, тошқоллар, ТЭЦ куллари ва бошқалар.

2. Боғловчи материалларни тежаш учун тўлдиргичлар сифатида майда қилиб тўйилган қум, оҳактош, доломит, табиий чангсимон кварц куми ва шлак.

3. Цементларнинг тишлашувини тезлатувчи ва сусайтирувчи материаллар: тезлатувчилар — кальций хлорид (CaCl_2), натрий хлорид (NaCl), хлорид кислота (HCl), эрувчан шиша (Na_2SiF_6), сода; сусайтирувчилар — гипс, сульфат кислота, темир (II) сульфат ва бошқалар.

4. Цементнинг қотишини тезлатувчи ва мустаҳкамлигини оширувчи қўшилмалар: кальций хлорид ва хлорид кислота.

5. Бетон ва қотишманинг совуққа чидамлилигини, пластиклигини ошириш учун ишлатиладиган органик ва анорганик қўшилмалар, сульфит-спирт бардаси (ССБ), етмак (кўпиртириш хусусиятига эга дарахт илдири), совун чиқиндиси, гил, бентонит, трепел ва бошқалар.

Боғловчи материалларни ишлатишда улар қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим: қоришманинг тишлашиш даври, нормал қоришма олиш учун сув миқдори, сувнинг қоришма билан бирикиш даражаси, тишлашишдаги иссиқлик миқдори ва ҳоказолар.

Боғловчи материал сув билан қориштирилганда (физик-кимёвий жараёнлар натижасида) қуюқлаша бошлайди, унинг қўзғалувчанлиги камайди. Бунга боғловчи модда тишлашишининг бошланиш даври, қўзғалувчанлик бутунлай йўқолгандан кейингиси эса охириги даври (тишлашиш) леб аталади.

Тишлашиш даврига қараб, боғловчилар уч гурпуга бўлинади: а) тез тишлашувчи — тишлашишнинг бошланиш даври — 3 ... 10 минут; б) нормал тишлашувчи — тишлашишнинг бошланиш даври 30 минут, охириги эса 12 соатгача давом этади, в) секин тишлашувчи — тишлашишнинг охириги даври 12 соатдан кейин бошланадиган материаллар.

Гипсли боғловчи моддалар. Гипсли боғловчи моддалар куйдирилган гипс-тошни майдалаб тўйиш билан ҳосил қилинади. Гипс-тошнинг куйдирилиш температурасига ва шароитга қараб ундан қурилиш гипси, жуда мустаҳкам гипс ҳамда ангидридли цемент ҳосил қилинади. Таркибида икки молекула сув бўлган кальций сульфатли чўкинди тоғ-жинси гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ни ва айрим саноат чиқиндиларини пишириб, сувсизлантириб боғловчилар олинади.

Табиий гипс-тош оқ рангли, қаттиқлиги 2 (Маос шкаласи бўйича), зичлиги 2200...2400 кг/м^3 бўлган жинсдир. Гипс-тош захираларининг энг каттаси Бухоро вилоятида мавжуд.

150...170°C да куйдирилган гипс-тошни тўйиб майдаланган маҳсулот қурилиш гипси деб аталади.

Икки молекула суви бўлган кальций сульфат 65°C да қиздирилганда, у ўз хусусиятини ўзгартиради ва таркибидаги сув аста-секин йўқолиб, дегидратациялана бошлайди.



Табиий кальций фосфатни фосфат кислота ҳамда концентранган фосфорли ўғитларга гидро-кимёвий усулда айлантириш натижасида олинган чиқинди — *фосфогипс* саноат учун йирик хомашё манбаи ҳисобланади. Асосий ишлаб чиқарилаётган маҳсулот билан биргаликда ҳосил бўладиган фосфогипс миқдори қайта ишланаётган ҳар тонна фосфорит ёки апатитга нисбатан 1,4...1,6 тонна кўп бўлади. Ўзбекистонда фосфогипс Олмалиқда ва Самарқандда кўп миқдорда тўпланган.

Таркибида икки молекула сув бўлган гипс сифатида чиқадиган кальций сульфат сувда деярли эримайди, шунинг учун ундан фосфат кислота эритмаси осон ажратиб олинади, фосфат кислота эритмаси маълум температурада концентрангунга қадар буғланилади.

Фосфогипс таркибида 75...95% икки молекула сувли гипс бор. Фосфогипсда фторидлар ёки кремний фторидлар иккинчи даражали таркибий қисм ҳисобланади. Бу ҳол оддий технология асосида фосфогипсдан олинadиган гипсли боғловчи моддаларнинг хоссасини ёмонлаштиради. Бироқ махсус ишлаб чиқилган усуллар асосида фосфогипсдан сифати табиий хомашёдан ҳосил қилинадиган маҳ-

Кўрсаткич	Шлак- ли ситалл	Дераза ойна	Бетон	Чуян	Элект- ротех- ника чиниси	Базальт куйма тош
Юмшашнинг бош- ланиш температураси, °С	950	850— 570	—	—	—	1050
Мустаҳкамлик че- гараси, МПа, ста- тик эгилиш буйича	90— 130	70	—	280	55	47— 80
Сиқилиш буйича	700— 900	600— 700	5—60	800— 1000	—	250— 500
Ишқаланишга қар- шилиқ, г/см²	0.015— 0.025	0.5— 0.6	—	—	0.1— 0.25	0.02— 0.08
Ишқаланишга чи- дамлик, г/мм²	182	—	—	—	12.5	105
Юнг модули, ГПа	93	60—70	—	100— 130	—	—
Микроқаттиқли- гПа	8.1—8.4	4—6	—	2	5	—
Кимёвий турғун- лиги, %	—	—	—	—	—	—
96 % ли H ₂ SO ₄	99.8	—	—	—	—	99.9
20 % ли HCl	98— 99.8	—	—	—	—	98.5
35 % ли NaOH	74.7— 90	—	—	—	—	98.5

Ситаллларни  ишлатилиши. Ситалл қурилиш материаллари, техника  деталлари ва хўжалик-маиший буюм сифатида ишлатилади. Жўмладан, 500×500 мм ўлчамда тайёрланган лист шлаксити  гидроизоляция мақсадида кенг қўлланилади. У яна уй- жой ва саноат қурилишида деворларнинг ташқи ва ички  монларига безак беришда, хоналарни тўсиш ва полга ётқизиш  сувчи материал сифатида ишлатилади.

Ситалл тех  икада ҳам кенг ишлатилади. Унинг сподумен таркибли  тури температурага ўта чидамли бўлгани туфайли иссиқ  ликка чидамли қувур, астрооптика, ракета техникаси деталлари ясашда қўл келади. Кордиерит таркибли ситалл  мустаҳкам диэлектрик олишда, изолятор ясаш, электр  аппаратура деталлари ясашда кенг қўлланилади. Юқори  кремнезём таркибли ситалллардан пайвандлаш деталлари  ва бошқа буюмлар ясалади. Қўргошин

таркибли ситалллардан турли электр вакуум асбоблари ва конденсаторлар ясашда кенг фойдаланилади. Ситалл иссиққа чидамли бўлгани учун лаборатория идишлари олишда, атом техникасида назорат қилиб турадиган стерженлар, насосларнинг қисмлари, иссиққа чидамли қувурлар, ракета двигателларининг қисмларини ясашда ишлатилади. Атом реакторида ишлатиладиган назорат стерженлари юқори термик узайиш хоссасига эга бўлиши керак, яъни 100·10⁷ град⁻¹ дан юқори бўлмоғи талаб қилинади. Шундай мақсадга CdO-In₂O₃-SiO₂ ва CdO-In₂O₃-B₂O₃ таркиб туғри келади. Бундай ситалллар радиацияга бардош бера олади. Маълумки, насослар халқ хўжалигида кўплаб ишлатилади. Ундан иссиқ ва агрессив суюқликлар ўтиб туради. Натижада насоснинг қисмлари едирилади. Шунинг учун насосларнинг ротор деб аталган қисми айнан ситаллдан ясалади.

АҚШ да SiO₂-Al₂O₃-CaO-P₂O₅ системаси асосида уй-рўзгор буюмлари ситаллдан тайёрланади. Улар синмайди, иссиқликка чидамли бўлади.

II боб

АНОРГАНИК (МИНЕРАЛ) БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР

13-§. Боғловчи моддалар

Анорганик ёки минерал боғловчи материаллар кукунсимон бўлиб, майда ва йирик тўлдиргичлар билан бирга сувда қорилганда суюқ ёки пластик қоришма ҳосил қилади: ҳосил бўлган масса аста-секин қотиб сунъий тошга айланади. Анорганик боғловчилар ишлатилиши ва хоссаларига қўра қуйидаги группаларга бўлинади:

1. Ҳавода қотадиган боғловчи материаллар: оҳак, гипс ва каустик магнезит.

2. Гидравлик боғловчилар. Бундай материаллар фақат ҳавода эмас, балки сувда ва намликда ҳам қотиш хусусиятига эга.

3. Кислоталарга чидамли боғловчилар. Бунга, кислотага чидамли эрувчан суюқ шиша, ишқор ва фосфат кислота, уларнинг тузлари асосида олинадиган цементлар ва қоришмалар мисолдир.

Қурилишда буюм хоссаларини ва боғловчи материалларни тежаш мақсадида қуйидаги махсус қўшилмалар ҳам ишлатилади:

1. Боғловчи материалларни чучук ҳамда сульфат тузларига тўйинган сувлар таъсирида чидамлилигини ошириш мақсадига ишлатиладиган гидравлик ёки актив минерал қўшилмалар — трепел, опока, диатомит, трасслар, пемза, вулқон кули ҳамда туфи, актив кремний чиқиндилари, қуйдирилган гил, глиеж, қуйган жинслар, тошқоллар, ТЭЦ куллари ва бошқалар.

2. Боғловчи материалларни тежаш учун тўлдиргичлар сифатида майда қилиб тўйилган кум, оҳактош, доломит, табиий чангсимон кварц куми ва шлак.

3. Цементларнинг тишлашувини тезлатувчи ва сусайтирувчи материаллар: тезлатувчилар — кальций хлорид (CaCl_2), натрий хлорид (NaCl), хлорид кислота (HCl), эрувчан шиша (Na_2SiF_6), сода; сусайтирувчилар — гипс, сульфат кислота, темир (II) сульфат ва бошқалар.

4. Цементнинг қотишини тезлатувчи ва мустаҳкамлигини оширувчи қўшилмалар: кальций хлорид ва хлорид кислота.

5. Бетон ва қотишманинг совуққа чидамлилигини, пластиклигини ошириш учун ишлатиладиган органик ва анорганик қўшилмалар, сульфит-спирт бардаси (ССБ), етмак (қўпиртириш хусусиятига эга дарахт илдири), совун чиқиндиси, гил, бентонит, трепел ва бошқалар.

Боғловчи материалларни ишлатишда улар қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим: қоришманинг тишлашиш даври, нормал қоришма олиш учун сув миқдори, сувнинг қоришма билан бирикиш даражаси, тишлашишдаги иссиқлик миқдори ва ҳоказолар.

Боғловчи материал сув билан қориштирилганда (физик-кимёвий жараёнлар натижасида) қуюқлаша бошлайди, унинг қўзғалувчанлиги камайди. Бунга боғловчи модда тишлашишининг бошланиш даври, қўзғалувчанлик бутунлай йўқолгандан кейингиси эса охириги даври (тишлашиш) деб аталади.

Тишлашиш даврига қараб, боғловчилар уч гурупага бўлинади: а) тез тишлашувчи — тишлашишнинг бошланиш даври — 3 ... 10 минут; б) нормал тишлашувчи — тишлашишнинг бошланиш даври 30 минут, охириги эса 12 соатгача давом этади, в) секин тишлашувчи — тишлашишнинг охириги даври 12 соатдан кейин бошланадиган материаллар.

Гипсли боғловчи моддалар. Гипсли боғловчи моддалар қуйдирилган гипс-тошни майдалаб тўйиш билан ҳосил қилинади. Гипс-тошнинг қуйдирилиш температурасига ва шароитга қараб ундан қурилиш гипси, жуда мустаҳкам гипс ҳамда ангидридли цемент ҳосил қилинади. Таркибида икки молекула сув бўлган кальций сульфатли чўкинди тоғ-жинси гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ни ва айрим саноат чиқиндиларини пишириб, сувсизлантириб боғловчилар олинади.

Табиий гипс-тош оқ рангли, қаттиқлиги 2 (Маос шкаласи бўйича), зичлиги 2200...2400 кг/м^3 бўлган жинсдир. Гипс-тош захираларининг энг каттаси Бухоро вилоятида мавжуд.

150...170°C да қуйдирилган гипс-тошни тўйиб майдаланган маҳсулот *қурилиш гипси* деб аталади.

Икки молекула суви бўлган кальций сульфат 65°C да қиздирилганда, у ўз хусусиятини ўзгартиради ва таркибидаги сув аста-секин йўқолиб, дегидратациялана бошлайди.



Табиий кальций фосфатни фосфат кислота ҳамда концентранган фосфорли ўғитларга гидро-кимёвий усулда айлантириш натижасида олинган чиқинди — *фосфогипс* саноат учун йирик хомашё манбаи ҳисобланади. Асосий ишлаб чиқарилаётган маҳсулот билан биргаликда ҳосил бўладиган фосфогипс миқдори қайта ишланаётган ҳар тонна фосфорит ёки апатитга нисбатан 1,4...1,6 тонна куп бўлади. Ўзбекистонда фосфогипс Олмалиқда ва Самарқандда куп миқдорда тўпланган.

Таркибида икки молекула сув бўлган гипс сифатида чиқадиган кальций сульфат сувда деярли эримайди, шунинг учун ундан фосфат кислота эритмаси осон ажратиб олинади, фосфат кислота эритмаси маълум температурада концентрангунга қадар бўғлатилади.

Фосфогипс таркибида 75...95% икки молекула суви гипс бор. Фосфогипсда фторидлар ёки кремний фторидлар иккинчи даражали таркибий қисм ҳисобланади. Бу ҳол оддий технология асосида фосфогипсдан олинadиган гипсли боғловчи моддаларнинг хоссасини ёмонлаштиради. Бироқ махсус ишлаб чиқилган усуллар асосида фосфогипсдан сифати табиий хомашёдан ҳосил қилинадиган маҳ-

сулотдан қолишмайдиган тайёр боғловчи модда олиш мумкин.

Гипс ишлаб чиқариш. Курилиш гипси уч хил усулда ишлаб чиқарилади:

1. Гипс-тош кукунлатиб туйилади ва пиширилади.
2. Гипс-тош майдаланиб пиширилади, сунгра туйилади.
3. Гипс-тош майдаланиб, юқори босимли сув буғида ишланади ва куритилиб туйилади.

Гипс-тош шахтали ва айланма хумдонларда ёки буғ бериладиган автоклавларда пиширилади. Шахтали хумдонларга 15 мм йирикликда, буғ бериладиган автоклавларда эса 25...50 мм йирикликда солинади: қозонларга гипс-тош кукун ҳолида солинади.

Гипс-тош болғали майдалагичларда ёки пулат шарли тегирмонларда майдаланади.

Амалда гипсни қайновчи қозонларда пишириб олиш усули кенг тарқалган. Пулат цилиндр ва вертикал уққа ўрнатилган қорғичдан иборат бўлган қозонга кукун — туйилган гипс солинади. Қозоннинг диаметри бўйлаб тўртта иситгич қувурлари ўтказилган. Уларда хом гипс пиширилади ва тайёр маҳсулот қозон тагидаги галвир орқали гипс йиғувчи бункерга тушади. Қозоннинг 2 м³ ҳажмининг иш унуми 1 соатда 1000 кг ни ташкил этади. Гипс кукунининг қозонда пишиш вақти 1...1,5 соат.

Асосан яримсувли гипсдан иборат бўлган ва гипс-тошдан термик ишлаш йўли билан тайёрланадиган курилиш гипси деб аталувчи маҳсулотни фосфогипсдан ҳам олиш мумкин. Бунинг учун фосфогипс таркибидаги фосфат кислотасини ювиб ташлаш керак. Акс холда, биринчидан, фосфогипс таркибидаги фосфат кислота тайёр маҳсулотнинг тишлашиш муддатини узайтириб юборади, иккинчидан, курилиш фосфогипсининг механик мустаҳкамлиги жуда паст даражада бўлиб, ундан фақат курилиш гипсига қўшимча сифатида фойдаланиш мумкин.

Гипсининг характеристикаси. Ўз кристалл структурасига кўра, гипсининг қуйидаги асосий хиллари бор: шакарсимон синиқ майда донали зич гипс ёки бушлиқда тартибсиз йўналдиган йирик донали гипс (алебастр); ипаксимон товланадиган, тўғри жойлашган, ипсимон кристалллардан таркиб топган толали жинс ҳамда қатлам структурали ясси тиниқ кристаллар тарзида жойлашган пластинкасимон гипс.

Таркибида икки молекула сув бўлган гипс моноклин сингонияга мансуб. Унинг кристалл тури Ca^{2+} ионлари ҳамда SO_4^{2-} сульфат тетраэдрларини ўз ичига олган сув молекулаларидан иборат қатламлар билан бўлинган қаватлардан таркиб топган.

Одатда, гипс устунсимон ва таблеткасимон шаклларда кристалланиб, кўпинча қалдирғоч думини эслатувчи қўшайрилар ҳосил қилади. Шунингдек, қирралари қий-шиқ ва юзаси силлиқ ёсмиқсимон кристаллар ҳам гипс учун хос.

Гипс-тошнинг зичлиги ундаги аралашмаларга боғлиқ бўлиб, 2200...2400 кг/м³ ни ташкил қилади. Гипсдан тайёрланган шағалнинг ҳажм массаси 1300...1600 кг/м³ дан иборат бўлиб, намлиги кескин равишда 3...5% ва ундан ҳам кўпроқ чегарада ўзгариб туради.

Гипсининг сувда эрувчанлиги 18°С да — 0,2; 40°С да — 0,21 ва 100°С да — 0,17%. Шунингдек, керакки, температуранинг 32°-41°С оралиғида гипсининг эрувчанлиги энг юқори бўлади. Гипсининг сувда эрувчанлиги гипсининг ўта тўйинган эритмалар ҳосил қилиш қобилиятига, шунингдек, унинг кристалларини катта-кичиклигига боғлиқ, 25°С да гипсининг эрувчанлиги, кальций оксид ҳисобида 2 мкм катталигидаги кристаллар учун 2,08 г/л га етади, кристаллар катталиги 0,3 мкм бўлганда эса эрувчанлик 2,47 г/л га тенг. Агар бунда кальций оксид гидрати ҳам иштирок этса, кальций сульфатнинг эрувчанлиги сусаяди. Гипсининг суюлтирилган хлорид кислота ва нитрат кислоталардаги, шунингдек, айрим тузларнинг эритмаларидаги эрувчанлиги сувдагига нисбатан юқори.

Температура ва қизиш шароитларига боғлиқ ҳолда сувли ва сувсиз кальций сульфатнинг турли модификацияларини ҳосил қилиш мумкин. Уларнинг кристаллари зичлиги, шакли ва ўлчамлари, гидратация иссиқлиги, иссиқлик сизими, оптик хусусиятлари ва бошқалар билан бир-биридан фарқ қилади.

Кальций сульфатнинг қуйидаги модификациялари маълум:

1. Икки молекула сувли кальций сульфат (гипс) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;
2. α — ярим молекула сувли кальций сульфат (α — ярим-гидрат);

$\alpha - \text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ $\beta - \text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$;

3. β — ярим молекула сувли кальций сульфат (β — ярим-гидрат);

4. α — сувсизлантирилган яримгидрат $\alpha - \text{CaSO}_4$;

5. β — сувсизлантирилган яримгидрат $\beta - \text{CaSO}_4$;

6. α -эрувчан ангидрид $\alpha - \text{CaSO}_4$;

7. β -эрувчан ангидрид $\beta - \text{CaSO}_4$;

8. эримайдиган ангидрид CaSO_4 .

Гипс сувсизлантирилганда, дастлаб яримгидратга айланади, сунгра қизиш жараёнида сувсиз модификацияларга — ангидритларга айланади. α - ва β -модификацияларнинг ҳосил бўлиши иссиқлик таъсирида ишлов бериш шароитларига боғлиқ.

β -яримгидрат деб аталувчи модификация дегидратация жараёнида сувнинг буғ ҳолида чиқиш шароитида ҳосил бўлиб, натижада бу модификация зарралари ички юзаси анча ривожланган структура ҳосил қилади. α -яримгидрат гипсга сувда ёки туз ва кислоталарнинг сувдаги эритмаларида иссиқлик таъсирида ишлов берилаётганда ҳосил бўлади. Бунда сув суyoқ томчи ҳолатида ажралиб, α -яримгидратнинг зич кристаллари ҳосил бўлиши учун шароит тўғилади. Натижада, β -яримгидрат заррачаларининг солиштирма сатҳи α -яримгидратникига нисбатан анча (2,5...5 марта) юқори бўлади. Агар α - ва β -яримгидратлар тенг ҳажмдаги сувда қорилса, ҳосил бўладиган гипс-тошнинг мустаҳкамлиги ҳам ўзаро тенг бўлади.

Ярим молекула сувли гипснинг қотиши. Ярим молекула сувли гипснинг тишлашиш ва қотиш механизми ҳақидаги масала кўп вақтлардан бери тадқиқотчилар диққатини жалб этиб келади.

Ле-Шателье (1887 й.) назариясига кўра, гипснинг тишлашиши ва қотиши қуйидагича кечали. Ярим молекула сувли гипс сувда аралаштирилганда, у эриб метастабил тўйинган сувли эритма ҳосил қилади. У эритмада яримгидрат сув билан ўзаро таъсирлашиб икки молекула сувли гипсга айланади ва эритмадан ажралиб чиқади, яримгидратнинг сувда эрувчанлиги 20°C да 8 г/л, икки гидратнинг

эрувчанлиги эса 2 г/л. Ўта тўйинган эритмадан икки молекула сувли гипс ажрала борган сари унинг кристаллчалари кўпаяди, бир-бири билан чирмашиб (битишиб), бошланғич аралашманинг тишлашиши ва қотиши учун имкон яратлади. Тишлашиш бошлангандан сўнг қотаётган гипс структурасининг бузилиши унинг мустаҳкамлигини кескин пасайтириб юборади, шунинг учун кристаллар энди ҳосил бўла бошлаганда тишлашишнинг дастлабки босқичида гипс структурасининг бузилишига йўл қўйиш мумкин, чунки у ҳолда гипс хаамири эластик ҳолатда бўлади.

Байков назариясига биноан қотиш жараёни уч босқичга бўлинади. Биринчи босқичда сувда яримгидрат эриб, унинг тўйинган эритмаси ҳосил бўлади. Биринчи босқич билан деярли бир вақтда бошланувчи иккинчи босқичда сувнинг ярим молекула сувли гипс билан ўзаро таъсири содир бўлади. Бунда икки молекула сувли гипс коллоид ўлчамидаги (0,2 мкм дан кичик) юқори даражада дисперсланган кристалл зарралар тарзида ҳосил бўлиб, айнаи вақтда аралашманинг тишлашиши рўй беради.

Учинчи босқичда икки гидратнинг ўртача эрувчан майда зарралари қайта кристалланиб, яна ҳам йирик кристаллар ҳосил қилади, бу эса ўз навбатида системанинг қотишини ва мустаҳкамлигининг ортишини таъминлайди.

Гипснинг тишлашиш ва қотиш вақтлари хомашёнинг хоссаси, уни тайёрлаш шароити, сақланиш муддати ва шароитига, қўшиладиган сув миқдори, боғловчи модда ва сувнинг температураси, аралаштириш шароитлари ва улар таркибида бирор қўшилмаларнинг борлигига боғлиқ. Гипснинг эрувчанлигини кучайтириш ёки сусайтириш имконини берадиган моддалар мавжуд. Улар орқали гидратациянинг тезлашиши ёки сусайиши таъминланали. Масалан, NaCl тузи ярим молекула сувли гипс ва экстрих-гипс гидратацияси тезлаткичи бўлиб, ангидритга таъсир этмайди. CaCl_2 эса ярим молекула сувли гипсга таъсир қилмайди, лекин эстрих-гипс ва ангидрид гидратациясини секинлаштиради. MgCl_2 тузи ярим молекула сувли гипснинг гидратациясини тезлаштиради, экстрих-гипс ва ангидридни секинлаштиради.

Шуни таъкидлаш керакки, тишлашишни сусайтиргич ва тезлаштиргичлар гипс буюмларнинг натижавий мустаҳкамлигига салбий таъсир кўрсатади. Бироқ айрим сирт

актив моддалардан ўртача миқдорда (0,1...0,3%) қўшиш буюмлар мустаҳкамлигини фақат уларни юмшатувчи фактор сифатида ва сув-гипс нисбатининг камайиши ҳисоби-гагина эмас, балки ҳосил бўлаётган икки гидрат кристалларнинг адсорбцион модификацияси ҳисобига ҳам ор-тишига имкон беради. Шунингдек, сирт актив қўшилмалар ёрдамида, гипснинг доимий сарфи ўзгармаган шароитда бетон аралашмасининг ҳаракатчанлигини ошириш мумкин.

Кўпгина қўшилмалар, масалан, сульфит-спирт барда-си ва айниқса, натрий *абиемат* ҳаво тортувчи моддалар ҳисобланади. Бу моддалар бетонга қўшилганда бетон аралашмасида бир текис тарқалган ҳаво пуфакчалари сони ортади. Ана шундай қўшилмалардан фойдаланиш бетоннинг совуққа чидамлилигини оширади. Органик сусайтиргичлар, одатда, қотиш вақтида гипс ҳамиридан ҳосил бўлган гипс-тошнинг киришишига олиб келади, қаттиқ структурали кристаллар эрта ҳосил қилувчи тезлаштиргичлар эса ак-синча, гипснинг кенгайишига имкон беради.

Гипснинг тишлашиш тезлигини камайитириш ва буюм-лар мустаҳкамлигини ошириш учун сув-гипс қоришмаси температурасини 80°C дан юқори температурада сақлаб туриш тавсия этилади, бунда у яримгидрат билан тўйин-ган ва икки гидратга нисбатан ўта тўйинган қоришмада температура қанча юқори бўлса, ундаги гипс шунчалик узоқ вақт кристаллланмай туришига асосланган. Яримгид-рат билан тўйинган қоришма температурасининг пасайи-ши гипснинг кристалланишини тезлаштиради.

Гипснинг қотиш жараёнида унинг ҳажми тахминан 1% га кенгайди. Бу эса гипсдан мёморчилик буюмларини тай-ёрлашда, ёриқларни беркитишда ва бошқа мақсадларда фойдаланишга қулайлик яратади. ГОСТ бўйича, қурилиш гипси тишлашишининг бошланиши 4 минутдан кейин, охири эса 6 минутдан 30 минутгача давом этиши керак. Демак, қурилиш гипси тез тишлашадиган ва тез қотида-ган боғловчи моддadir. Шунинг учун қорилган гипсни тиш-лашиб қолмасдан илгари ишлатиш лозим. Агар тишлашиш жараёни бузилса, ҳосил бўлаётган кристалл ўсимталари парчаланиб кетади ва мустаҳкамлиги кескин камаяди. Шу сабабли ҳам гипсни тишлашгунга қадар ишлатиб тугатиш учун ё камроқ миқдорда қориш, ёхуд гипсга тишлашиш жараёнини сусайтирувчи моддалар қўшиш мумкин.

Гипснинг тишлашиш вақтини узайтириш учун унга махсус сусайтиргичлар қўшилади. Коллоид эритма ҳосил қилувчи, яримсувли гипснинг эриш тезлигини сусайти-рувчи ва натижада икки молекула сувли гипснинг крис-талланишини кечиктирувчи материалларга суяк елими, козеин, желатин, глицерин, магний, кальций тузлари мисол бўлади. Гипснинг тишлашиш вақтини узайтириш учун 60°C гача иситилган сувни ҳам ишлатиш мумкин.


Қурилиш гипси ҳавода қотидаган боғловчи бўлиб, сув ичида (тагида) қуриладиган иншоотларда ундан фойдала-ниб бўлмайди, чунки бунда қотиш вақтида ҳосил бўлади-ган икки сувли гипс эриб, кристалл ўсимталари парчала-ниб кетади ва мустаҳкамлиги кескин камаяди.

Гипс қайта қуририлганда унинг мустаҳкамлиги яна тикланади. Гипсдан тайёрланган маҳсулотнинг сувга бу қадар чидамсиз бўлишининг асосий сабаби шундаки, сув пардаларининг қотган гипсдаги кристалл структуралари айрим элементларни ажратиб, парчаловчи таъсир кўрса-тади. Гипсдан тайёрланган маҳсулот ёғингарчилик ва нам-ликдан сақланса, у узоққа чидайди. Сувда чидамлик ху-сусиятини ошириш учун гипсдан тайёрланган буюм ва қисмлар сув таъсир этмайдиган моддалар билан шимди-рилади, уларнинг сирти бўялади ёки гипсга сўнмаган оҳак, цемент, шлак ва тош уни, кул ёки тўйилган домна шлагги каби моддалар қўшилади. Қурилиш гипси кўпроқ тўйил-са, жуда майин ва тез тишлашувчи қолипбоп гипс ҳосил бўлади.

Қурилиш гипси ўз сифатига кўра бир неча навба бўли-нади. Гипснинг эгилишдаги, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 4×4×16 см ли намуна ҳосил қилувчи қолипга қўйиб тайёрланган намуналарда аниқланади. ГОСТ талаб-ларини қаноатлантирадиган гипс қоришмасини тайёрлаш учун сув миқдорида катта аҳамият бериш керак.

I нав қурилиш гипси сув билан қориштирилганда 1,5 соат вақт ўтгач, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси ка-мида 4,5 МПа, II нав гипсники эса 3,5 МПа бўлиши керак.

Гипснинг қотиш жараёни унинг гидратацияланиши бил-лан бошланади, яъни бунда ярим молекула сувли гипс қайтадан кристалл ҳолатдаги икки молекула сувли гипсга айланади:



Аслида гипсининг қотиши учун кам сув талаб қилинса ҳам гипс қоришмасини ишлатиш қулай бўлиши учун сув кўпроқ солинади. Буюмнинг мустаҳкамлигини ошириш учун ундан ортиқча сув қуритиш йўли билан йўқотилади.

Академик А. А. Байковнинг назарияси бўйича, гипс қотаётганда, асосан, қуйидаги физик кимёвий жараёнлар рўй беради. Ярим молекула сувли гипс сувда қисман эриб, икки молекула сувли қийин эрувчан гипс ҳосил қилади. Гипс заррачалари *гель* (ивик) деб аталувчи елимсимон ҳолатга айланади, бу эса гипсининг *гидратланиши* деб аталади. Натижада коллоид ҳолатдаги жуда майда заррачалардан ташкил топган гипс хамири ҳосил бўлади ва у тезда кристалланади. Икки сувли гипс заррачаларида ўсаётган игнасимон кристаллар ўзаро зичлашади ва мустаҳкам ту-ташган кристаллга айланади. Коллоид эритма ҳосил бўлиши ва бу эритманинг кристалланиш жараёни, ярим молекула сувли гипсининг икки молекула сувли гипсга тўла айланишига қадар давом этади. Буюм қуритилганда ундаги эритма ҳолида қолган ярим молекула сувли гипс коллоид хамирга айланади, сўнг икки молекула сувли гипс кристаллари ажралиб чиқади, бунинг ҳисобига буюмнинг мустаҳкамлиги янада ортади. Шунинг учун, гипсдан ишланган буюмлар температураси 70°C гача бўлган маҳсус қуритиш камераларида қуритилади.

Қурилиш гипсидан, асосан, сувоқ ишлари учун оҳак-гипс қоришмаси тайёрланади ва бинокорлик деталлари ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Шуни айтиб ўтиш муҳимки, қурилиш гипси ҳеч қандай қўшимча аралаштирмай соф ҳолда ишлатилиши мумкин, чунки у қуриганда ёрилиб кетмайди. Оҳак-гипс сувоқ қоришмаларида бир ҳажм гипсга 1...5 ҳажм оҳак қўшилади, натижада қоришманинг тишлашиши секинлашиб эластиклиги ортади.

Боғловчи моддани тежаш ва оҳакнинг дарз кетишини йўқотиш учун гипс ва оҳак аралашмасига 1...3 ҳажм қум ёки унинг ўрнини босадиган бошқа модда (тошқол, пемза, ёғоч қипиғи ва қиринди сингари нарсалар) қўшилади.

Фосфогипс ва сундирилмаган оҳакдан сувоқ қоришмаси олиш мумкинлиги ҳам адабиётдан маълум. Бунинг учун умумий намлиги 45% ни ташкил этадиган ювилган ҳамда ювилмаган фосфогипс ишлатилади. Фосфогипс сувоқ қоришмасининг таркибий қисмларидан бири сифатида

ишлатилганда, ундан фосфор кислотасини ювиб ташлашнинг кераги йўқ.

Асос қилиб олинган материалларнинг хусусиятига кўра, гипс-оҳак қоришмасида боғловчи моддаларнинг нисбий миқдори қуйидагича: 50...70% фосфогипс ва 30...50% оҳак. Ҳосил бўлган маҳсулотни маълум вақтгача барча жараёнлар тўла тугалланиши учун тинитиб қўйиш лозим.

Гипсли боғловчиларни ташиш ва сақлашда уларга нам таъсир этмаслиги керак. Очик жойда гипсни бир ойдан ортиқ сақлаш мумкин эмас. Акс ҳолда унинг мустаҳкамлиги 20% гача камаяди. Гипс сақлайдиган омборларнинг поллари ёғочдан қурилган бўлиши керак.

Юқори мустаҳкамликка эга бўлган гипс. Икки молекула сувли табиий гипс-тошни 750...800°C да пиширган-дан сўнг туйилади ва унга **натрий сульфат, алюминий ва бошқа тузлар** қўшиб қорилса юқори мустаҳкам гипс-тош олинади. Бундай гипс секин қотувчи, аммо сиқилиш мустаҳкамлиги 30 МПа гача, ранги эса оқ бўлади.

Юқори мустаҳкам гипс жуда муҳим иншоотларни қуришда, шунингдек, металлургия ва чинни саноатида қўлпилар тайёрлашда ишлатилади.

Ангидритли цемент. Табиий гипс-тошни ёки ангидритни 600...750°C да пишириб, сўнг туйиб, ҳавода қотадиган боғловчи модда — **ангидритли цемент** олинади. Цемент активлигини ошириш мақсадида унга катализатор сифатидаги қўшилмалардан оҳак, пиширилган доломит, домна шлаги ва ёнувчан сланец кули қўшилади. Ангидрит цемент секин тишлашувчи боғловчидир. Тишлашишнинг бошланиши 1—1,5 соатдан кейин бошланади, охири эса 24 соатгача давом этади, қурилиш гипсига нисбатан сувга чидамли. Сиқилиш мустаҳкамлиги бўйича 50, 100, 150 ва 200 маркаларга бўлинади. Зичлиги 2800...2900 кг/м³, уюм тарзидаги ҳажмий массаси 850...1100 кг/м³, зичлаштирилгандаги ҳажмий массаси 1200...1500 кг/м³.

Фосфогипсдан ангидрит цемент олиш учун боғловчи модданинг қотиш жараёнида катализаторлар сифатида натрий сульфат ва натрий бисульфат ёки кальций сульфат ва калий бисульфат каби моддалардан фойдаланилади.

Ангидритли цемент қоришма сифатида гишт теришда, сувоқчиликда, изоляция материаллари ишлаб чиқаришда, бетон сифатида эса иншоотларнинг сув таъсир этмайдиган қисмларини қуришда ишлатилади.

Пардозбон гипс (цемент). Зарарли аралашмалардан то-заланган гипс-тошни 550...700°C да пишириб, кейин туйиш жараёнида унга алюминийли ачиқтош қўшиб пардозбон (оқ рангли) гипс олинади. Пардозбон гипс оқ рангли бўлиб, унинг нур қайтариш коэффициенти 90% дан кам бўлмаслиги керак. Тишлашиш 1 соатдан кейин бошланади, охири эса 12 соатгача давом этади. У 100 дан 400 гача бўлган маркаларда чиқарилади.

Қурилишда у пардозбон қоришма сифатида супъий мармар тошлари, меъморчилик ва безак буюмлари тайёрлашда ишлатилади. Гипс-тошни пишириш жараёнида $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ таркибидаги барча сувни йўқотади, CaSO_4 қисман парчаланаяди ва гипсда актив CaO ҳосил бўлади. Натижада боғловчи катализаторларсиз қотиш хусусиятига эга бўлади.

Магнезиал боғловчилар. Чўкинди тоғ жинслари — магнетит ва доломитни шахтали ёки айланма хумдонларда 700...950°C да пишириб магнезиал боғловчилар олинади. Каустик магнетит (MgCO_3) ни пишириш жараёнида ундан карбонат ангидрид газ (CO_2) ажралиб чиқади, қолган магний оксид (MgO) эса моддага боғловчи хусусиятини бахш этади. Олинган маҳсулот туйилади ва тунука бочкаларга жойлашиб, қурилишларга юборилади.

Каустик магнетит оддий сувда қотмайди. У хлорли магний ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) эритмаси билан қориштирилганда $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ва $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2$ ҳосил бўлади ва аста-секин қотаяди. Каустик магнетит қоришмаси қуруқликда тез қотаяди. Тишлашиш 40 минутдан сўнг бошланади, тугалланиш эса 8 соатгача давом этади.

Каустик доломит ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$) ни 900°C да қиздирилса, ундаги MgCO_3 магний оксид (MgO) ва карбонат ангидрид (CO_2) газларига ажралади, яъни диссоциланади. Аммо ундаги кальций карбонат (CaCO_3) ўзгармасдан кўм ёки шағал кўринишида қолади.

Оҳак ишлаб чиқариш.

Таркибида 8% гача тупроқ бўлган кальций ва магний карбонат тоғ жинсларидан — бўр, оҳактош, доломитлашган ва мергелли оҳактошни пишириб жуда арзон, ҳавода тез қотадиган боғловчи материал—оҳак олинади. Олинган маҳсулот бўлак-бўлак оқ ёки кулранг бўлиб, у сувсиз кальций оксид ва магний оксиддан иборат. Буни сўнмаган

бўлак ёки кесак оҳак дейилади, уни майдалаб қайновчи оҳак олинади. Кондан келтирилган оҳактош, асосан шахтали, қисман айланма ёки доира шаклидаги хумдонларда 950—1100°C да пиширилади (18-расм).

Шахтали печлар баландлиги бўйлаб қуришиш, қиздириш, пишириш ва совитиш бўлимларига ажратилган. Хумдоннинг баландлиги 20 м, ички диаметри 4 м гача. Хумдонга солинган 120 т оҳактош 24 соатдан сўнг бўлак-бўлак кўринишидаги оҳакка айланади. Ёқилги харажати куйдирилган оҳакнинг 15...17% ни ташкил этади.

Сўнмаган оҳакка сув таъсир этса, у куйидаги реакция асосида сўнади: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + 1160 \text{ Ж}$.

Агар сўнмаган оҳак булакларига кам миқдорда (35...50%) сув солинса, у майдаланиб сўнади ва кукунсимон-оҳак ҳосил бўлади. Қурилишда сўндирилмаган оҳак махсус гидратлагичларда кукун қилиб кейин сўндирилади.


Оҳак қурилишга бўлак-бўлак, кукун, хамир ёки сўндирилмаган кукун ҳолида келтирилади. Бўлак-бўлак оҳакнинг зичлиги 2300...2400 кг/м^3 , кукун оҳакники 500 кг/м^3 , туйилган оҳакники эса 600 кг/м^3 (19-расм).

Оҳак хамирнинг ширали ва ширасиз хиллари ҳам бор. Ширали оҳакнинг сўниш даври ширасиз оҳакникига нисбатан кам.


Оҳак сўниш тезлигига кўра, тез сўнувчи (кўпи билан 8 минут), ўртача сўнувчи (кўпи билан 20 минут) ва секин сўнувчан (камида 25 минут) турларга бўлинади.

Айрим ҳолларда, оҳакнинг сўниш вақтини тезлатиш мақсадида унга иссиқ сув қўшилади. Оҳак сўндирилгандан сўнг у 1—2 кун тинч ҳолатда сақланади.

Оддий оҳак хамири билан тайёрланган қурилиш қоришмасининг қотиши бир неча кун давом этса, сўнмаган оҳак қоришмаси 30...60 минутда қотаяди. Бундан ташқари, сўндирилмаган оҳак кукун кам сув талаб этади. Шунинг учун сўндирилмай туйилган оҳак қоришмасининг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, зичлиги ва чидамлилиги сўндирилган оҳакникидан бирмунча кўп. Оҳак қоришмасининг қотишига, асосан икки фактор таъсир кўрсатади: ўта туйинган қоришманинг қотиш жараёнида унда кальций гидроксиднинг кристалл ҳолда ажралиши; ҳаводаги карбонат ангидрид газ таъсирида куйидаги реакция орқали CaCO_3 нинг ҳосил бўлиши:

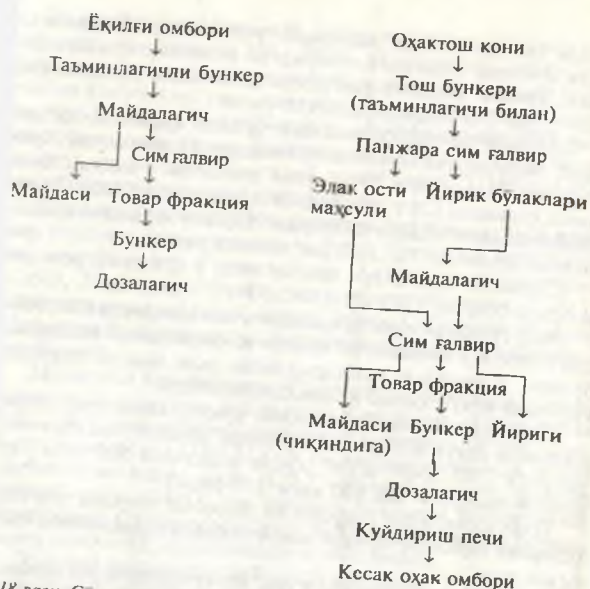


18-расм. Сундирилмаган кесаксимон оҳак ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси.



Бу жараён барча оҳакли моддаларда рўй бериб, карбонланиш жараёни дейилади. Карбонланиш жараёни, асосан, қоришма қатламининг қалинлиги ва ҳаводаги карбонат ангидрид газининг миқдорига боғлиқ. Шунинг учун оҳакли қоришма билан сувалган деворда карбонланиш жараёни тез содир бўлади. Оҳак қоришмасининг қотиш жараёни юз берадиган бу икки жараён натижасида қоришмага мустаҳкамлик берувчи кальций карбонат (CaCO_3) билан кристалланган кальций гидроксид Ca(OH)_2 ҳосил бўлади.

Оҳак қоришмасининг қотиш жараёнида кальций карбонат қоришманинг сиртида, кальций гидроксид эса ички қисмида ҳосил бўлади. Қоришма сиртини зичлаштирган

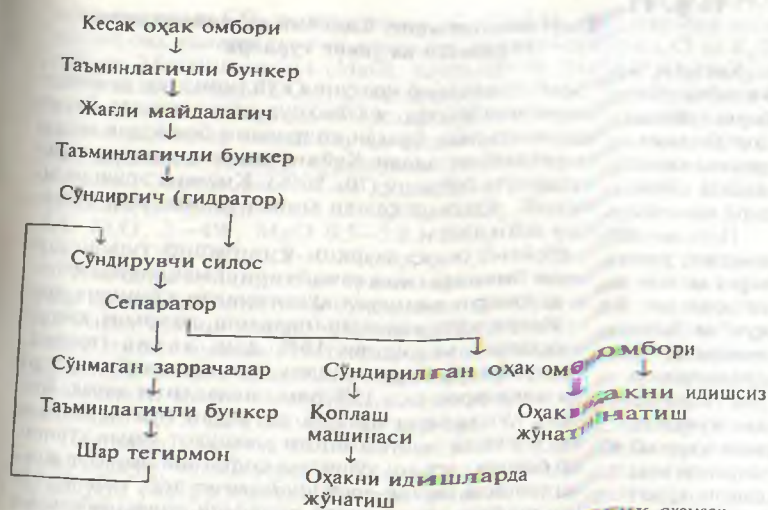

19-расм. Кукунсимон оҳак тайёрлашнинг технологик схемаси.

кальций карбонат ҳаводаги карбонат ангидрид (CO_2) нинг кризма ичкарасига утказмайди, натижада Ca(OH)_2 девор теришда, талланиши секинлашади. Фишт ва тошдан девор цемент қоришсувоқчиликда оҳак-қум, оҳак-шлак ва оҳак-цемент қоришмалари кўп ишлатилади. Аммо оҳакли қоришмаларни деворлар ҳамда имий нам таъсир этадиган жойларда, пойдеворларда қўйиш мумкин кўп қаватли уй деворларини қуришда, ишлатиш мумкин эмас.

Оҳак, асосан силикат бетонлар, фиштлар ва бошқа автоклав буюмлар учун боғловчи материал ҳисобланади. Булак-булак оҳак темир йўл вагонларида, устида ташилади. шиналарда ва контейнерларда уйилган ҳолда ташилади. Майда қилиб тўйилган оҳак темир тунукаларида ташилади.

Сундирилмаган оҳакнинг барча турлари қуришда қўйишда нам таъсир этмайдиган усти берк хоналарда сақланиши керак. Агар оҳак қоғоз қоғларда бўлса, уни 10–20 кун ичида ишлатиб юбориш лозим.

14-§. Портландцемент. Кимёвий ва минералогик таркиби ва унинг турлари

Қисман эриб қовушиб қолгунча куйдирилган клинкерни гипс, баъзи ҳолларда эса махсус қўшимчалар билан бирга туйишдан ҳосил бўлган гидравлик боғловчи модда портландцемент деб аталади. Куйдириш маҳсулотида кальций силикатлар кўп бўлади (70...80%). Қисман эриш натижасида қовишиб, қотиб қолган майда-йирик тош булаклари клинкер дейилади.

Портландцемент хоссаларини ўзгартириб туриш, шунингдек, унинг таннархини камайтириш мақсадида клинкерга актив ва инерт минерал қўшимчалар қўшишга руҳсат этилади. Инерт қўшимчалар (оҳактош, доломит, кварц-кум ва бошқалар) миқдори 10% дан, актив (трепел, диатомит, витрофир, трасс, шлак, глиеж ва бошқалар) қўшимчалар миқдори эса 15% дан ошмаслиги керак. Бироқ гидравлик қўшимчалар 20% ва ундан ортиқ бўлиши ҳам мумкин. У ҳолда майдаланган маҳсулот номи қўшилганига қараб бошқа, яъни қўшилма сифатида донадор домна шлаг ишлатилса *шлак-портландцемент* деб, табиий гидравлик қўшилмалар ишлатилса *пуццолан портландцемент* деб аталади.

Клинкернаи туяётганда унга одатда кўпи билан 3% гипс (сульфат кислота ангидридига нисбатан ҳисоблаганда) қўшилади. Бу билан цементнинг тишланиш муддати узайтирилади. Бу эса унинг хоссаларига яхши таъсир қилади.

Портландцемент клинкери ўлчамлари 10...20 мм дан 50...60 мм гача майда ва йирик доналар кўринишида олинади. Қовушиб пишган клинкер ўзининг микроструктурасига кўра мураккаб заррачасимон турли кристаллар ва қисман шишасимон маҳсулотлар аралашмасидан иборат. Клинкер сифати асосий оксидлар миқдори, минералогик таркиби, асосий оксидларнинг ўзаро нисбатига қараб баҳоланади. Портландцемент клинкери ишлаб чиқариш учун хомашё материаллари сифатида гил ёки лёсс ва оҳактош жинслар ишлатилади. Гил ёки лёсс жинслар турли моддалардан ташкил топган. Уларда, асосан учта оксид бор: SiO_2 , Al_2O_3 ва Fe_2O_3 . Лёссда 15—20% атрофида CaCO_3 бор. Ўзбекистон цемент заводларида, асосан лёсс ишлатилади. Оҳактошлар асосан кальций карбонатдан иборат. Кальций карбонат эса икки оксид — CaO ва CO_2 дан иборат. Клинкер

куйдирилганда CO_2 газ и ажралади: CaO , SiO_2 , Al_2O_3 ва Fe_2O_3 асосий оксидлари асосий клинкер минералларини ҳосил қилади. Магний оксид (MgO), ишқорлар (Na_2O ва K_2O), титан икки оксид (TiO_2), фосфор ангидрид (P_2O_5) ва сульфат кислота ангидриди (SO_3) дир. Клинкер таркибида бу асосий оксидлар билан бир қаторда цемент сифатига маълум даражада таъсир кўрсатувчи оксидлар ҳам бўлиши мумкин. Одатда асосий ва қўшимча оксидлар миқдори куйидагича бўлади: CaO 63—67%, SiO_2 21—24%, Al_2O_3 4—8%, Fe_2O_3 2—4%, MgO 0,5—5%, SO_3 0,3—1%, Na_2O ва K_2O 0,4—1%, TiO_2 0,2—0,5%, P_2O_5 0,1—0,3%.

1500°C да куйдирилган эркин магний оксид сув таъсирида сўниш қобилиятини йўқотмаса ҳам, у жуда суст сўнади. Унинг сўниш жараёни қотиб қолган цементтошда ҳам давом этиши мумкин. Натижада қоришма ва бетон ёрилади. Бундай ҳавфли ҳолатнинг олдини олиш портландцемент таркибидаги эркин магний оксид миқдори стандартда чегараланади: 4,5% дан ошмаслиги зарур.

Портландцементда калий ва натрий оксидлари бўлмагани маъқул, чунки улар портландцементнинг тишланиш муддатига таъсир қилади. Бундан ташқари, ишқорлар бетонда тўлдиргичлар билан ўзаро кимёвий таъсир этиши мумкин. Натижада қотган бетоннинг дарз кетишига сабабчи бўладиган натрий ва калий силикатлар ҳосил бўлади. Бу реакция атроф муҳит етарлича нам бўлса, жула тез кетади. Шу сабабли гидротехник бетонлар учун цемент ва тўлдиргичлар танлаётганда цементда қанча ишқор борлиги ҳисобга олиниши лозим ва тўлдиргичларда аморф кум-тупроқдан қанча борлиги аниқланади. Ишқорий металл оксидлар бўлса, бетон юзасида шўр доғлар ҳосил бўлади.

Стандартга кўра, портландцемент таркибида ишқор 1—2% миқдорда бўлиши мумкин, аммо гидротехник бетонлар учун 0,6% дан, ер усти конструкцияларини қуришда ишлатиладиган қоришма ва бетонлар учун эса 1% дан ортиқ ишқор бўлган портландцемент ишлатиш тавсия этилмайди.

Фосфат ангидрид 1,5...2% дан ортса, портландцементнинг қотиш жараёни секинлашади. Цементда 4% гача титан икки оксиди бўлса, у салбий таъсир кўрсатмайди, аммо кўп бўлса мустаҳкамлиги камаяди.

CaO , SiO_2 , Al_2O_3 ва Fe_2O_3 оксидлар клинкерда бирикиб кальций силикат, кальций алюминат ва кальций алюмо-

ферритларни ҳосил қилади. Кальций силикатлар ораллигида шишасимон аморф ораллиқ моддалар деб аталувчи алюминат ва алюмоферритлар жойлашади. Минераллар қуйидагича ёзилади ва қуйидаги миқдорда бўлади:

45—60% — $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ёки C_3S — алит — уч кальцийли силикат;

15—37% — $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ёки C_2S — белит — икки кальцийли силикат;

7—15% — $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ёки C_3A — уч кальцийли алюминат;

10—18% — $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ёки C_4AF — тўрт кальцийли алюмоферрит.


Ишлаб чиқариш шароитида CaO ни юқорида кўрсатиб утилган минераллар кўринишида батамом бириктириш қийин. Шунинг учун клинкер таркибида эркин, бирикмаган ҳолда бир оз CaO қолиши мумкин. Клинкерда эркин CaO бўлса, у портландцемент хоссаларига магний оксидига нисбатан хавфлироқ таъсир кўрсатади, яъни унинг ҳажми жуда нотекус ўзгаради. Эркин CaO цементтошни бузиб юбормаслиги учун клинкерни туйишдан олдин эркин CaO ҳаводаги нам таъсиридан сўниб улгурадиган қилиб маълум вақт омборларда етилтирилади. Шунда клинкер бирмунча юмшайди ва уни туйиш осонлашади. Клинкернинг минералогик таркибига қараб, портландцемент қуйидаги турларга бўлинади: алит портландцемент, ундаги уч кальцийли силикат 60% дан ортиқ, $\text{C}_3\text{S}:\text{C}_2\text{S}$ нисбати эса 4 дан катта; белит портландцемент таркибида 37% дан ортиқ икки кальцийли силикат бор, $\text{C}_3\text{S}:\text{C}_2\text{S}$ нисбати 1 дан кам; алюминат портландцемент таркибида уч кальций алюминат 15% дан ортиқ, C_3A миқдори қараб цементлар оз алюминатли (C_3A дан 5% гача) ўртача алюминатли (5...9% C_3A) ва кўп алюминатли (C_3A 9%дан ортиқ) цементларга бўлинади; алюмоферрит (целит) портландцемент таркибидаги тўрт кальцийли алюмоферрит 18% дан ортиқ.

Алит — портландцементнинг юқори мустаҳкамлиги, тез қотувчанлиги ва бошқа қатор хоссаларини таъминловчи клинкернинг муҳим силикатли минералидир. Унинг клинкер таркибида миқдори 45...80%. Ҳозирда у уч кальций силикатнинг кам миқдордаги MgO , Al_2O_3 , P_2O_5 , Cr_2O_3 ва бошқалар билан ҳосил қилинган қаттиқ эритмаси деб

ҳисобланади. C_3S таркибида бу моддаларнинг миқдори кам бўлишига (2...4%) қарамай, улар C_3S нинг структура ва хоссаларига маълум даражада таъсир кўрсатади.

Алит кристаллари, одатда олтиёкка ёки тўғри бурчак шаклида бўлади. Унинг зичлиги $3,15 \text{ г/см}^3$. Тоza C_3S $1200...1250^\circ\text{C}$ дан $1900...2070^\circ\text{C}$ гача температура ораллигида барқарор бўлади. Бу температурадан пастда C_3S — C_2S ва CaO га парчаланadi, 2070°C дан юқорида эса C_3S эрийди. Паст температура чегараси амалий аҳамиятга эга, чунки клинкер саноат печининг совитиш зонасида советганида бир оз вақт $1200...1250^\circ\text{C}$ чегарасида сақланиб қолади, бу эса C_3S нинг парчаланишига олиб келади, бу эса клинкернинг сифатини ёмонлаштиради.

Портландцементнинг мустаҳкамлигига ва бошқа хоссаларига клинкердаги алит кристалларининг шакли ҳам анча таъсир кўрсатади. Петрографик таҳлилларнинг кўрсатишича, 500...600 маркадаги портландцементни тайёрлаш учун клинкер таркибидаги турли ўлчамли алит кристалларининг орасида, асосан ўлчами 3...20 мкм йирикликдаги кристаллар кўпроқ бўлиши керак. Портландцемент клинкерида ҳосил бўладиган алит таркибини қуйидаги формула билан ифодалаш мумкин:



Белит — портландцемент клинкерининг иккинчи асосий минералларидан биридир. У алитдан дастлабки (1—3) кунда секин қотиши билан фарқланади. Икки кальцийли силикат, алит сингари кам миқдордаги қўшимчалар (1...3%) билан қаттиқ эритма ҳосил қилиб белитга айланади. Бундай қўшимчаларга Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Cr_2O_3 ва бошқалар кириadi. Икки кальций силикатнинг бешта полиморф шакли борлиги аниқланган: $\beta - \text{C}_2\text{S}$; $\alpha - \text{C}_2\text{S}$; $\alpha' - \text{C}_2\text{S}$; $\gamma - \text{C}_2\text{S}$; $\beta' - \text{C}_2\text{S}$.

Эриш температураси $2130...1425^\circ\text{C}$ чегарасида α -модификация барқарор бўлади, бу температурадан пастда α' -шаклга ўтади. Саноат клинкерларида α -модификацияни барқарорлаштириш қийин бўлгани учун у кам учрайди, $\alpha' - \text{C}_2\text{S}$ $1425...830^\circ\text{C}$ да барқарор. Бундан паст температурада, секин совитиш шароитида тоza $\alpha' - \text{C}_2\text{S}$ тури паст температурада барқарор бўлган $\gamma - \text{C}_2\text{S}$ шаклга ўтади. $\alpha' - \text{C}_2\text{S}$ тез совитилганда 670°C гача ҳамма температурада барқа-

ропор бўлмаган ва γ — C_2S га айланишга мойил бўлган шакл-га ўтади. Аммо бу жараённинг кетишига β - C_2S кристалл турига кам миқдорда (1...3%) кириб қолган қўшимчалар ҳалал беради. Барқарорлаштирувчи қўшимчалар ролини Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , Na_2O , K_2O ва Cr_2O_3 ҳамда бошқалар бажаради. β — C_2S шаклнинг γ - C_2S га айланишида умумий ҳажми 10% га ортади. Шунинг учун материал доналарининг ёрилиши ва кукунга айланиши кузатилади, γ — C_2S 100°C гача температура муҳитида деярли сув билан реакцияга киришмайди. Шунинг учун у боғловчи хусусиятларини намоён қилмайди. Фақат иссиқ-нам шароитда ишлов берилганда у боғловчи хусусиятларини намоён қилади. β — C_2S нинг зичлиги 3,28 г/см³, γ — C_2S ники эса 2,97 г/см³.

Белитнинг гидравлик активлиги, алит каби кристалларининг тузилиши, кристалларнинг ўлчами, зичлиги, ёриқлар, қўшимчаларнинг структурасига боғлиқ. Тождор четли думалоқ зич структурали ўртача ўлчамлари 20...50 мкм бўлган белитли целитлар юқори мустаҳкамликка эга. Юқори температура таъсирида эриган ҳолдаги алюминат, алюмоферритлар ва бошқа иккинчи даражали минераллар оралиқ модда таркибига киради.

Тўйиниш коэффициенти (ТК) юқори бўлмаган ва одатдаги кумтупроқ модулли клинкерларда кальций алюминатларнинг C_3A ва C_4A шакли учрайди. ТК юқори бўлган клинкерларда эса алюмоферритлар билан бирга фақат C_2S ҳосил бўлади. Клинкернинг алюмоферритли қисми ўзгарувчан таркибга эга бўлиб, C_2F , $C_{11}A$ ва эркин CaO дан иборат қаттиқ эритма ҳолида бўлади.



Кальций алюмоферритларнинг қаттиқ эритмасида қуйдаги бирикмалар аниқланган: C_4A_2F , C_6A_2F , C_4AF , C_2F . Клинкерларда кўп учрайдиган C_4AF модда қаттиқ эритмалардаги қатор бирикмаларнинг оралиқ моддаси ҳисобланади.

Паст температурали пишириш босқичида (1300°C гача) хомашёнинг таркибий қисмлари дастлаб парчаланаяди, шу жараёнларнинг кечишида кристаллар бузилиб, минераллар «аморф» ланади. Кўпчилик гил минераллар «аморф» ҳолатининг температураси 300...800°C га тенг.

Портландцемент хомашё аралашмаларининг реакция-га киришиши қобилиятининг энг муҳим параметри кумтупроқли таркибий қисмнинг дисперслигидир.

Реакцияга мойил $CaCO_3$ да ва унинг доналарида Ca , CS ва бошқалардан иборат қобиклар ҳосил бўлиши мумкин, бу эса CO_2 нинг ажралиб чиқишига ва тузнинг парчаланишига мойиллик қилади. Фақат қобик қайта кристаллангандан кейингина жараённинг кечиши яна тезлашади, яъни $CaCO_3$ нинг парчаланиши икки босқичда бўлиши ва у жараённинг кечишига ижобий таъсир қилиши мумкин, чунки у CaO нинг қайта кристалланишига тўсқинлик қилади, бу ҳолда активлиги кам бўлган $CaCO_3$ нинг бир босқичда диссоциланиши кузатилади. Куйдири-лаётган аралашмада дастлабки эритма 580...680°C да ҳосил бўлади ва у қаттиқ фазали реакцияларнинг кечишини тезлаштиради. Масалан, йирик дисперсли шихталарда белит икки босқичда ҳосил бўлади: биринчиси 1115...1125°C да кузатилиб, бунда SiO_2 доналарида C_2S дан иборат қобик ҳосил бўлади; иккинчиси 1150...1165°C да рўй беради. Бунда ана шу қобиклар бузилиб C_2S нинг янги кристаллари ҳосил бўлади.

Аралашмалар иштирокида паст температурали босқичда қуйидаги оралиқ бирикмалар ҳосил бўлади:



Бир қанча хромото-хромитлар ва кальций фосфатлар, шунингдек $CaCO_3$ нинг ишқор сульфатлари билан контактида иккиламчи тузлар ҳосил бўлади. Таркиби мураккаб бўлган оралиқ бирикмаларнинг ҳосил бўлиши $CaCO_3$ ва SiO_2 нинг ўзаро таъсирланиш температурасини 38...80°C га пасайтиради.

Юқори температурали босқичда (1300°C дан юқори) нордон ва асосий ишқорий эритмалар қўшилиб кетади, бироқ клинкер доналарнинг қизиб зич ёпишган айрим қисмларида таркиби фарқланаядиган эритма томчилари мавжуд бўлиши эҳтимол. C_2S ва CaO дан иборат қобиклар оралигидаги эритмада Ca^{2+} ионларининг, асосан SiO_4 ионларига диффузияланиши йўли билан C_2S кристаллари ҳосил бўла бошлайди. Агар C_2S кристаллари ўсган зонага Ca^{2+} кира ол-маса, бунда нордон C_2S кристаллари C_2S ва CaO га қалар парчалаб емириши мумкин. Клинкер зоналарида 1450°C да ҳосил бўлган эритма қуйидаги хоссаларга эга; қовушоқ-

лиги $0,1...0,3$ Па.с, сирт таранглиги $350,480 \cdot 10^{-3}$ Н/м. У ҳолда кальций ионларининг диффузия коэффициенти $D_{Ca^{2+}} = (5,3...8,6) \cdot 10^{-5}$, темирники $D_{Fe^{3+}} = (5,7...14,2) \cdot 10^{-6}$, алюминийники $D_{Al^{3+}} = (2,3...7,1) \cdot 10^{-6}$ ва кремнийники $D_{Si^{4+}} = (4,7...15,8) \cdot 10^{-7}$ см²/с.

Кўрсатиб ўтилган миқдорларнинг ўзгариб туришига Na, K, Cr, P, F аралашмалари сабабчидир. СаО доналарининг 1450°C да эритмада эриш тезлиги $(1,6...8) \cdot 10^{-6}$; C_2S доналарининг эриш тезлиги эса $(2...3) \cdot 10^{-6}$ см/с, яъни СаО нинг эриш тезлиги C_2S нинг эриш тезлигидан 3...4 марта кўп. Бироқ жараёнда эритмани микроликвацияга (иккита ва ундан ортиқ аралашмайдиган суюқликларнинг ҳосил бўлиши ва уларнинг аралашмай қатламланиши) олиб келувчи кўплаб Na ва K иштирок этса, C_2S нинг эриш тезлиги кескин ортади, ҳатто C_2S нинг эриш тезлигидан бир неча марта ўзиб кетиши ҳам мумкин.

Оз миқдорда фосфор, хром ва олтинугурт ($0,1...0,3\%$) ҳамда барий, фтор, хлор, марганецнинг анчагина миқдори (1% дан ортқроқ) муайян шароитда клинкер ҳосил бўлиш жараёнига яхши таъсир кўрсатади.

Совиш жараёнида C_2S , C_3A , C_4AF парчаланиши мумкин, парчаланишнинг қандай кечиши бир қанча факторларга боғлиқ; совиш тезлиги, аралашмаларнинг тури ва миқдори, газ атмосферасининг хусусияти ва бошқалар. Эритма шиша сифатида қотаётганда ҳажми кичраяди. Mg, F, Cr иштирокида эса кристалланиш жараёнининг кечиши туфайли турли температура интервалларида деформация кузатилади: ($1350...1100^\circ\text{C}$ да ҳажми кичраяди, $1100...900^\circ\text{C}$ да ҳажм кенгаяди). C_2S , C_3A ва C_4AF минералларининг $25...600^\circ\text{C}$ да чизикли термик кенгайиш коэффициенти $(10...13) \cdot 10^{-6}$ градус. C_2S термик кенгайишининг чизикли коэффициенти $19,5 \cdot 10^{-6}$ градусга тенг, яъни C_2S нинг термик кенгайиш коэффициенти бошқа минераллар кристалларига нисбатан тахминан икки марта катта, бинобарин, бу ҳол клинкер доналарида физик кучланишларга сабаб бўлиши мумкин.

Цемент клинкерининг сифати қуйидагилар билан ифодаланиши мумкин:

- 1- алоҳида оксидларнинг миқдори (кимёвий таркиби);
- 2- асосий оксидлар миқдорининг нисбатини ифодаловчи модуллар қиймати;

3- асосий минералларнинг миқдори. Клинкернинг энг муҳим тавсифи алоҳида оксидларнинг ўзаро нисбати ва клинкер минералларининг миқдори билан берилади.

Клинкерни ташкил этувчи минераллар таркиби икки хил усул билан аниқланади: бевосита петрографик ёки рентгенографик таҳлил усули, ёхуд бевосита ҳисоблаб аниқлаш усули. Муҳим оксидларининг фоиз нисбати икки хил модуль (силикат ва гилтупроқ) ҳамда тўйиниш коэффициенти билан ифодаланади. Бу модуллар ва коэффициент миқдори хомашё аралашмаси учун ҳам, клинкер учун ҳам амалда бир хил бўлади.

Силикат модуль (η) қумтупроқ модуль деб ҳам аталади. Бу модуль реакцияга киришган кремний икки оксид миқдорининг алюминий ва темир оксидлари миқдорига нисбатини ифодалайди:

$$\eta = \frac{\%SiO_2}{\%Al_2O_3 + \%Fe_2O_3}$$

Силикат модуль (η) бошқа оксидлар билан реакцияга киришган кремний оксид миқдорини ва клинкер таркибидаги алюминий ва темир оксидлар йигиндиларига нисбатини кўрсатади.

Хомашё аралашмаси таркибидаги кремний икки оксид оҳак билан ҳамма вақт C_2S ва C_3S ҳолида бирикавермаслиги туфайли бириккан қумтупроқ миқдори кремний икки оксиднинг умумий миқдори SiO_2 , умумий ва эркин ҳолда қолган кремний икки оксиди. SiO_2 эркин миқдори айирмаси билан ифодаланиши мумкин. Шунинг учун силикат модуль қуйидагича ёзилади:

$$\eta = \frac{\%SiO_{2\text{умум}} - \%SiO_{2\text{эркин}}}{\%Al_2O_3 + \%Fe_2O_3}$$

Оддий портландцементлар учун силикат модуль қиймати $1,7...3,5$; сульфатга чидамли портландцемент учун эса $1,7...4$.

Гилтупроқ (алюминат) модуль — ρ алюминий оксид миқдорининг темир оксид миқдорига нисбатини ифодалайди:

$$\rho = \frac{\%Al_2O_3}{\%Fe_2O_3}$$

Гилтупроқ модуль қиймати оддий портландцементлар учун 1...3. Силикат модуль катта қийматга эга бўлганида ҳам хомашё аралашмасини қовуштириб пишириш қийинлашади, ҳосил бўлган цемент секин тишлашади ва секин қотади, бироқ кейинчалик унинг мустаҳкамлиги юқори бўлади. Аллюминат модули кичик қийматга эга бўлганда портландцементлар минераллашган тузлар таъсирига чидамли бўлади.

Аллюминат модули катта қийматга эга бўлганда эса цемент тез тишлашади ва қотади, аммо охириги мустаҳкамлик кўрсаткичи паст бўлади. Силикат модуль катта бўлса, клинкерда C_3A ва C_4AF кам, аммо C_2S ва C_3S кўп, гилтупроқ модуль катта бўлса, клинкерда C_3A жуда кўп, бироқ C_4AF кам бўлади.

Шу нарса маълумки, оҳак C_2S , C_3A ва C_4AF нинг ҳосил бўлиш жараёни учун керагидан кўп бўлса уч кальций силикат фақат анча юқори (1300°C дан кўп) температурада ва қунириллаётган аралашмада суяқ фаза бўлгандагина икки кальций силикатнинг оҳак билан тўйиниши ҳисоби-га ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, портландцемент клинкер ишлаб чиқаришда $2CaO \cdot SiO_2$ ни $3CaO \cdot SiO_2$ га айлантириш ва клинкерда эркин оҳак қолмаслиги керак, яъни CaO дан C_2S , C_3A ва C_4AF ҳосил қилиш учун улар керакли миқдорда бўлиши лозим. Бу вазифа қанчалик аниқ бажарилаётгани тўйиниш коэффициентининг (ТК) қийматидан аниқланади.

Клинкер минераллари таркибига кирувчи оксидларнинг молекуляр оғирликларига қараб, қумтупроқ $2CaO \cdot SiO_2$ гача, гилтупроқ $3CaO \cdot Al_2O_3$ гача, темир оксид $CaO \cdot Fe_2O_3$ гача ва сульфат кислота ангидриди $CaSO_4$ гача тўла тўйиниши учун талаб қилинадиган CaO миқдорини ҳисоблаш мумкин.

Клинкер минералларидаги оҳак ва кислота оксидларнинг оғирлик нисбатлари маълум бўлса, қанча CaO кераклигини кислота оксидлари орқали ифодалаш мумкин. C_2S ҳосил бўлиши учун $2,8 SiO_2$ ва C_3A га $1,65 Al_2O_3$, CF га $0,35 Fe_2O_3$ ва $CaSO_4$ га $0,7 SO_3$ талаб қилинади. Бу маълумотлардан фойдаланиб тўйиниш коэффициенти формуласини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$TK = \frac{(CaO_{\text{ум}} - CaO_{\text{эркин}}) - (1,65 Al_2O_3 + 0,35 Fe_2O_3 - 0,7SO_3)}{2,8(SiO_{2\text{умум}} - SiO_{2\text{эркин}})}$$

Бу формулада суратдаги Al_2O_3 , Fe_2O_3 ва SO_3 лар C_3A , CF ва $CaSO_4$ гача тўйингандан кейин қолган оҳак миқдорини, маҳражи эса қумтупроқнинг C_2S гача тўйиниши учун зарур бўлган оҳак миқдорини ифодалайди. ТК-1 бўлса, клинкер таркибида икки кальций силикат бўлмайди. Оддий портландцемент учун ТК-0,8...0,95. Тўйиниш коэффициенти қанчалик кичик бўлса, клинкерда C_2S шунча кўп, C_3S эса кам бўлади.

Ҳозирги кунда портландцементнинг қуйидаги асосий турлари ишлаб чиқарилмоқда:

1. Таркибида 30...73% донатор домна тошқоли бўлган портландцемент.
2. Таркибида 20...45% пуццолан қушилмаси бўлган пуццолан портландцемент.
3. Тез қотувчан портландцемент.
4. Пластик ва гидрофоб портландцемент.
5. Таркибида кўпи билан 50% C_2S ва 5% C_3A бўлган сульфатга чидамли портландцемент.
6. Ўртача экзотермияли портландцемент.
7. Оқ ва рангли портландцемент.

15-§. Портландцемент ишлаб чиқариш технологияси

Хомашё материаллари ва ёқилғи

Портландцемент клинкери ишлаб чиқаришда хомашё сифатида таркибида кальций карбонат кўп бўлган карбонат жинслар ва таркибида кремний оксид, алюминий оксид ҳамда темир оксид бўлган гиллар, шунингдек, гил ва кальций карбонатнинг табиий аралашмалари ишлатилади. Кейинги йилларда портландцемент ишлаб чиқаришда гилни бутунлай ишлатмаслик ёки қисман ишлатиш мақсадида, нордон ва, асосан домна шлаклари, иссиқлик электр станциялари куллари, нефелин чиқиндиларидан фойдаланилмоқда. Шунингдек, гипс ёки ангидритни гил билан аралаштириб, портландцемент, сульфоцемент ва SO_2 газли олишнинг комплекс технологияси ишлаб чиқилган.

Нефелин шлами таркибида 25...30% SiO_2 ; 2...5% Al_2O_3 ; 3...5% Fe_2O_3 ; 50...58% CaO ва 3...8% бошқа оксидлар, чунончи 1,5...3% ишқорлар бор. Таркибида шунча CaO бўлган материалга 15...20% оҳактош қўшиб, портландцемент ишлаб чиқариш учун хомашё аралашмасини тайёрлаш мумкин.

40...50% гача таркибида кальций оксиди бўлган домна шлаклари ҳам портландцемент ишлаб чиқариш учун қимматли хомашё ҳисобланади.

Гил, айниқса лёсс сувда осонгина ивиб, бушашиб кетадиган майда дисперс иккиламчи тоғ жинсларидан иборат. Гилнинг минералогик таркиби, асосан сувли алюмосиликатлар ва кварцдан иборат. Гилларнинг кимёвий таркибида, асосан учта оксид бор: кремний оксид (60—80%), алюминий оксид (5...20%) ва темир оксид (3...15%). Гилда оз миқдорда карбонат тузлари ҳолида CaO ва MgO учраши мумкин. Лекин гилларнинг баъзи турларида кальций оксид 25% гача, магний эса 3% гача бўлади (масалан: сланец ва лёсслар.)

Гиллар таркибида SO_2 , Na_2O ва K_2O каби эрувчан тузлар ҳам учрайди. Бу эса мақсадга мувофиқ эмас, клинкер ишлаб чиқариш учун фойдаланиладиган гилларда бу тузларнинг миқдори иложи борица кам бўлиши керак.

Кальций карбонатли жинслар табиатда оҳактош, бўр, оҳактош-чиғаноқ ва мрамар ҳолида учрайди. Карбонатли жинсларнинг мрамардан бошқа ҳамма турлари портландцемент ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Кимёвий соф кальций карбонат таркибида 56% CaO ва 44% CO_2 бўлади. Бироқ, табиатда фақат кальций карбонатдан иборат соф оҳактошлар кам учрайди. Портландцемент ишлаб чиқаришда ишлатиладиган оҳактошлар таркибида CaO дан ташқари қумтупроқ (8% гача), гилтупроқ (2% гача), темир оксидлар (1% гача), магний оксид (2% гача) ва SO_2 (1% гача) бўлиши мумкин. Мергеллар гилсимон моддалар ва жуда майда кальций карбонат заррачаларининг табиий аралашмасидан иборат чўкинди тоғ жинси ҳисобланади. Мергелларнинг мавжудлигига қараб, мергель оҳактош (90...95% CaCO_3), оҳактош-карбонат мергель (70...90% CaCO_3) ва мергель (50—70% CaCO_3)га бўлинади. Бундай мергель куйдирилгандан сўнг кимёвий таркиби бўйича клинкерга ўхшаб кетади.

Тўғриловчи қўшилмалар. Хомашё аралашмасига таркибида SiO_2 қумтупроғи кўп бўлган моддалар (трепел, опока, диатомит) қушиб кўпайтирилади. Карбонат жинслар, гил ва тўғриловчи қўшилмалар клинкер ишлаб чиқариш учун зарур хомашё ҳисобланади. Гипс қўшилмаси сифатида икки молекула сувли гипс — $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ишлатилади.

Ёқилғи. Хомашё материалларини куйдириш учун қаттиқ, суяқ ва газсимон ёқилғи энг яхши ёқилғи ҳисобланади, уларни ёққанда кул ҳосил бўлмайди. Қаттиқ ёқилғидан фойдаланганда кули клинкер таркибига қўшилиб кетади ва у клинкернинг фақатгина кимёвий таркибини ўзгартирибгина қолмай, балки клинкер таркибидаги магний оксид ва SO_2 миқдорини ҳам кўпайтириб юборади.

Айланма печлар билан жиҳозланган цемент заводларида суяқ ёқилғи сифатида 30...35°C да қотиб қоладиган серпарафин мазут ишлатилади. Мазут печга 2,5 МПа босим остида форсункалар билан пуркаб узатилади. Газнинг иссиқлик бериш иши жуда юқори, уни исталган жойга ва печга узатиш мумкин, газсимон ёқилғини ишлатиш печлар унумдорлигини оширади, ёқилғи сарфини 5% гача, электр энергияси сарфини эса 10% гача камайтиради, меҳнат унумдорлигини 7...10% га оширади.

Қаттиқ ёқилғи айланма печга кукун ҳолида юборилади. Ёқилғи кукун ҳолига келгунча майдаланганда зарраларнинг ёниш жараёни тезлашади ва жуда майда дисперс кул ҳосил бўлади: кул қанча майда бўлса клинкер уни тўлиқ сингдириб олади, яъни кул клинкерда бир текис жойлашади.

Портландцемент ишлаб чиқариш усуллари


Портландцемент ишлаб чиқариш иккита жараёнини ўз ичига олади:

1. Клинкер ишлаб чиқариш;
2. Клинкерни қўшилмалар билан бирга туйиш.

Биринчи жараён жуда мураккаб бўлиб, унинг бажарилиши катта маблағ ва ишга солиш харажатлари билан боғлиқ. Чунки портландцемент ишлаб чиқариш учун сарфланадиган жами харажатнинг кўп қисмини (70...80%) клинкер қиймати ташкил этади.

Портландцемент клинкери ишлаб чиқаришда куйидаги асосий технологик операциялар бажарилади: 1. Оҳактош ва гил қазиб олинади; 2. Хомашё материаллари тайёрланади ва майдаланади; 3. Ёқилғи тайёрланади; 4. Хомашё материаллари куйдирилади.

Клинкерни туйиш ва портландцемент ишлаб чиқариш учун, асосан куйидаги технологик жараёнлар бажарилади: 1. Қўшилмалар тайёрланади; 2. Клинкер қўшилмалар

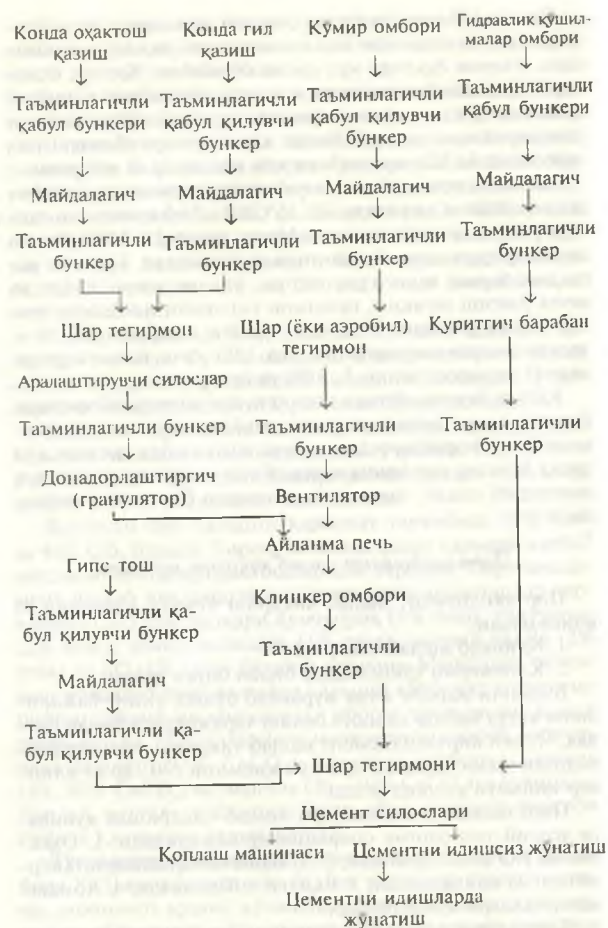

20- расм. Қуруқ усулда портландцемент ишлаб чиқариш технологияси схемаси.

билан бирга туйилади; 3. Портландцемент омборга жойланади.

Талаб қилинган кимёвий таркибли (бир жинсли) хомашё аралашмасини ҳосил қилиш учун унинг таркибига киралган материалларни тайёрлаш керак. Бундай аралашмани тайёрлаш учун унинг таркибига кирадиган материалларнинг ҳаммаси майда қилиб туйилади ва яхшилаб аралаштирилади.

Майда қилиб туйилган материаллар қуруқлигича ёки сувда яхшилаб аралаштирилиши мумкин. Хомашё материаллари сув иштирокида тайёрланса портландцемент ишлаб чиқариш «хўл» усул деб, қуруқлигича тайёрланса «қуруқ» усул деб аталади. Қайси усулни танлаш технологик ва техник-иқтисодий ҳулосаларга боғлиқ. Ҳозирги кунда мамлакатимизда «қуруқ» усулни кўпроқ қўллаш тенденцияси салмоқли ўринга эга. Шу кунда Навоийда жуда йирик цемент заводи замонавий ускуна ва жиҳозлар билан таъминланган ва қуруқ усулда ишлаб турибди (20- расм).

Оҳақтош кондан ўлчами 500...800 мм ва ундан катта харсанг бўлаклари тарзида олиб келинади. Оҳақтошнинг йирик бўлаклари 100...200 мм ўлчамда, жағли майдалагичларда бир марта майдаланиб олинади. Хомашё иккинчи сафар одатда, болғачали ва конус майдалагичларда 10...30 мм ўлчамгача, сўнг охириги марта суюқ лой билан шар тегирмонларида майдаланади. Бу хомашё қуруқ майдаланганига нисбатан сувда яхши майдаланади. Сувда майдаланганда материалларнинг қаттиқлиги камаяди.

Гил тегирмонга суюқ лой холида узатилади. Оҳақтош билан гил бирга майдаланганила улар жула яхши аралашади.

Гил чайқатгич темир-бетон бассейнидан иборат бўлиб, унинг туби ва деворларига чуян плиталар қопланган. Тусинромга занжирларда пўлат хаскашлар эркин ҳолда осиб қўйилган, майдалагичларда бир сидра майдалаб олинган гил оз-оздан чайқатгичга узатилади. Гил билан бирга бассейнга сув ҳам қўшилади. Шлам чиқиб кетадиган дарча йирик лой бўлақларини ушлаб қоладиган панжара билан беркитилган. Суюқ лой насослар воситасида таъминлагич бакларига узатилади. У ердан аралашма ўлчов баклари орқали шар тегирмонларига юборилади. Лой таркибидаги йирик қушилмалар бассейн тубига чукади ва вақти-вақти билан чиқариб ташланади.

Суюқ лой таркибидаги сув-шлам (суюқ оҳактош ва лой аралашмаси) нинг намлиги 34...45% га етадиган миқдорда бўлгунча олинади.

Лой (гил) чайқатгич бассейнининг диаметри 8...12 м унумдорлиги эса 12...30 м³/соат. Электр двигателнинг белгиланган қуввати 35...60 кВт.

1 т портландцемент тайёрлаш учун 2,5...3 т хомашё, кумир ва клинкер майдалаш керак. Шу ишларни бажаришга цемент ишлаб чиқариш учун сарфланган электр энергиясининг 60...80% и сарф бўлади.

Хомашё аралашмаси шлам-бассейнларда аралаштирилади, таркиби созланади ва тўғри сақланади, лекин аралаштирган заҳоти зарур кимёвий таркибли шлам олинмайди.

Шлам таркиби қуйидаги тартибда тўғриланади. Шар тегиримонларидан шлам насослар билан шлам-бассейнларнинг биттасига ҳайдалади. Бошқа бассейнга эса худди шундай йўл билан тайёрланган шлам узатилади. Бу шлам аввалгисидан кальций карбонат миқдори кам (ёки кўп)лиги билан фарқ қилади. Шлам яхшилаб аралаштириб бўлингач, ҳар қайси бассейндаги шламнинг кимёвий таркиби аниқланади ва зарур кимёвий таркибли клинкер олиш учун иккала шламдан қандай нисбатда олиш кераклиги белгиланади. Шлам белгиланган нисбатда олингандан сўнг иккала бассейндаги шлам насос билан учинчи бассейнга солинади. Бу ерда яхшилаб аралаштиргач, унинг титри (CaCO_3 миқдори) аниқланади. Титри йўл қўйилгандан кўпи билан 0,1% фарқ қилган шлам куйдириш учун зарур ва қулай ҳисобланади.

Пневматик ва механик усуллардан бир вақтнинг ўзида фойдаланиш бир жинсли шлам тайёрлашга имкон беради. Янги қурилган заводларда, жумладан Навоийи цемент заводида кукундаштирилган хомашё аралашма (ун) таркибидаги CaO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 оксидлар автоматик рентгеноспектрометр ёрдамида аниқланиб, бу таркиб ҳар соатда текшириб турилади.

Шлам «хул» ёки «куруқ» усулда тайёрланган бўлишидан қатъи назар айланма печларда куйдирилади. Ҳозирги айланма печлар пўлат тахталардан ясалган барабандан иборат. Металлни юқори температура таъсиридан сақлаш ва иссиқлик кам исроф бўлиши учун печнинг ичига ўтга

чидамли материаллар қопланади. Қоплама сифатида шамот-ғишт, гил-тупроқ ва магнезиал ўтга чидамли ғишт ишлатилади. Қоплама сифатида анча арзон, ўтга чидамли бетон ишлатиш тажрибаси ҳам бор.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон заводларида клинкернинг асосий қисми 3×100 , 4×150 , $4,5 \times 170$, 5×60 ва 7×90 м ўлчамли печларда ишлаб чиқарилмоқда. Уларнинг бир суткадаги клинкер бўйича иш унуми 400, 850, 1200 ва 1800 тонна. Солиштирма иссиқлик сарфи 5000...6700 кЖ/кг; ҳар бир печ учун солиштирма электр энергияси сарфи 25...26 кВт · соат/ тонна клинкерни ташкил қилади.

Печ уч хил тезликда, яъни минутига 0,5; 0,75 ва 1 марта айланиши мумкин. Печ 4° қияликда ўрнатилади. Печ қия ўрнатилгани учун у айланганида материал барабан ичида пастга сурилиб тушади. Шлам чўмичли таъминлагич ёрдамида бакдан қувур орқали печга оқиб келади.

Қарама-қарши томондан печга кумир чанги, чанг-ҳаво ёки газ-ҳаво аралашмаси босим остида пуркалади. Кумир ёки газ қизиб турган бўшлиққа тушиб, печ бошида тахминан 10 м масофада ёниб кетади. Куйдирилган материал тутун газларига нисбатан қарама-қарши томонга ҳаркат қилади. Натижада ташқи температурада суюқ шлам аста-секин эриб, қовушиб, пишиш температураси (1450°C) гача қизийди. Қисман эриб қовушиб пишаётган клинкер, аynикса печнинг айланма ҳаракати туфайли ҳосил бўлган клинкернинг думалоқ доналари борган сари зичлашиб юқори мустаҳкамликка эга бўла бошлайди. Сўнгра шу усулда ҳосил бўлган клинкернинг думалоқ доналари печ охиридаги совуқ ҳаво оқимида дуч келиб, унга ўз иссиғини беради ва қотиб қолади. Исиган ҳаво кейин ёқилғининг ёниш зонасига келади, деярли $1000...1100^\circ\text{C}$ гача совиغان клинкер эса печь барабанидаги тешикдан занжирли рекуператор ёки панжарали совиткичларга тушади.

Бу ерда клинкер $50...100^\circ\text{C}$ гача совитилиб, сўнгра омборга жўнатилади. Совиткичлар бир неча типда бўлиши мумкин: барабанли, рекуператорли, скребкали ва панжарали совиткичлар. Ҳозирги псчларда рекуператорли ёки панжарали совиткичлар ўрнатилди.

Рекуператорли совиткич бир неча пўлат барабандан иборат. Бу барабанлар печнинг совуқ тарафида печ ойнаси бўйича симметрик жойлашган. Барабанлар печ кор-

пусига маҳкамланган ва бирдан иккинчисига дарча очилган. Клинкер печдан ана шу дарчалар орқали барабанга тўкилиб тушади. Барабанларнинг ички юзасида шопирувчи куракчалар бор. Барабаннинг клинкер олинадиган қисмида олиш тешиги бўлиб, барабан четида тўсиқ ясаллади. тўсиқ клинкернинг олиш тешигидан ўтишга ёрдам беради.

Иш унуми ҳамда 1 кг клинкерни куйдириш учун сарфланадиган иссиқлик айланма печлар ишининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Печда иссиқликдан унумли фойдаланиш керак. Биринчи тadbирни, яъни шлам намини қочиришни уч усулда амалга ошириш мумкин (шлам суюлтиргичлар ишлатилади). Шлам суюлтиргич сифатида турли моддалар — сода, суюқ шиша, торф, битум ва тоғ муми чиқиндиларидан бўлган ишқорий торф моддалари, сирт-актив моддаларнинг айримлари ишлатилади. Иккинчи ва учинчи усулда шлам нами механик равишда қочирилади.

Материалнинг иссиқ ҳавога дуч келадиган сатҳини кенгайтириш билан куйдириладиган материал ва газ оқими ўртасидаги иссиқлик алмашинувини кучайтириш мумкин. Бунинг учун печнинг совуқ тарафида 35...40 м (700—800°C температура чегарасида) занжирлар осилади. Шлам занжир ҳалқаларга ёпишади. Натижада осиб қўйилган занжир — тўр орасидан ўтаётган газ оқимига тегадиган шламнинг юзаси кескин кенгайди. Бундан ташқари, печ айланаётганда занжирлар материални яхшилаб аралаштиради.

Узун печларда занжирларнинг умумий узунлиги 2000 м ва ундан ортиқ бўлади, уларнинг юзаси эса тахминан 1500 м². Занжир тўрпарда иссиқлик таъсирини шунча миқдорга оширади.

Клинкер айланма печларда куйдирилганда содир бўладиган жараёнлар

Хомашё аралашмаси айланиб турувчи печларда куйдирилганда физик ва физик-кимёвий жараёнлар содир бўлиши натижасида қовушиб пиппан, ўлчамлари 2...3 см дан иборат доналар шаклидаги C_2S , C_3S , C_4A , C_4AF ва шишасимон қисмдан таркиб топган клинкер ҳосил бўлади.

Ташқи муҳит температурасидаги шлам печга тушиши билан у температураси 700...800°C га етадиган чиқинди газларнинг кескин таъсирига учрайди. Бундай юқори темпе-

ратура таъсирида шлам тезда 100°C гача исийди ва шу вақтда шлам таркибидаги сув шиддат билан буглана бошлайди. Шлам аста-секин қуюқлаша бошлайди, унинг таркибидаги нам анча камайгандан сўнг йирик кесаклар кўринишига келади. Кесаклар кейинчалик майда парчаларга бўлиниб кетади, чунки шламнинг лой компоненти намни йўқотгач, қовушқоқлиги сусаяди. Механик аралаштирилган намнинг бугланиш жараёни (шламнинг қуриши) тахминан 200°C гача давом этади. 200°C гача шламда кетадиган жараёнларнинг табиатига қараб, печнинг бу зонаси қуриш зонаси деб аталади.

Материал сурила бориб, янада юқори температура зонасига тушади, шунда хомашё аралашмасида кимёвий жараён ривожланади: 200...300°C дан юқори температурада органик аралашмалар ёниб кетади ва каолин ҳамда лой таркибидаги бошқа сувли алюмосиликатлар дегидратацияланади. Лой минераллари таркибидаги кимёвий боғланган сувни йўқотиши натижасида лой ўзининг боғловчилик хусусиятини батамом йўқотади ва шлам булаклари қукунга айланиб қолади. Бу жараён тахминан 600...700°C гача давом этади. 200...700°C оралиғида ўтаётган жараёнлар моҳияти бўйича, печнинг бу зонаси *дегидратация зонаси* деб юритилади. Температура 800°C га етганда шламнинг оҳактош компоненти қуйидаги реакция бўйича парчаланadi: $CaCO_3 = CaO + CO_2$.

800°C да кальций карбонатнинг ана шу диссоциланиш жараёни жуда суст ўтади, сўнгра температура кўтарилиши билан кескин кучаяди. Амалда $CaCO_3$ 1000°C да тез ва тўла диссоцилланади.

Хомашё аралашмаси 700...1000°C зонасида бўлиши натижасида кальций оксид ҳосил бўлади. Шунинг учун печнинг бу зонаси кальцийлашиш зонаси деб аталади.

Бу зона кўп давом этганига қарамай унда материал температураси нисбатан секин ортади. Бунга сабаб шуки, иссиқлик, асосан $CaCO_3$ нинг парчаланиши учун сарфланади; 1 кг $CaCO_3$ ни CaO ва CO_2 га парчаланиши учун 1780 кЖ иссиқлик сарфлаш талаб қилинади. 680...1000°C да оралиқ бирикма $2CaO \cdot SiO_2 \cdot CaCO_3$ ҳосил бўлади. Унинг парчаланиши паст температураларда C_2S нинг кристалланишига имкон беради. $2CaO \cdot SiO_2 \cdot CaCO_3$ (спуррит) бирикмасининг ҳосил бўлишини И. Г. Лугинина (Россия) аниқлаган.

800°C дан юқори температурада спуррит парчаланеди ва ута реакцияга киришишга мойил C_2S ни ҳосил қилади. Ишқор ва фтор тузлари спуррит ҳосил бўлиш жараёнини тезлатиши ҳам аниқланган. Шу шароитда хомашё таркибида $12CaO \cdot 7Al_2O_3 \cdot 2,5CaCO_3$ бирикмаси борлиги ҳам аниқланган. Спурритнинг парчаланиш температураси кўп ҳолларда 840...920°C га тенг. У икки кальцийли силикат ва CaO га парчаланеди.

Қаттиқ фазаларда реакциялар 1000...1350°C оралиғида рўй беради. Бу реакциялар *экзотермик зона* деб аталади.

Қуйдирилаётган аралашма экзотермик зонада бўлиши натижасида $2CaO \cdot SiO_2$, $4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$ ва $CaO \cdot Al_2O_3$ ҳосил бўлади. Аммо шу билан ҳали нормал портландцемент клинкер ҳосил бўлмайди, чунки унинг энг асосий таркибий қисми — уч кальций силикат ($3CaO \cdot SiO_2$) йўқ. Бу минерал печнинг кейинги қисмида (юқори температуралар зонасида) ҳосил бўлади. Бу зона *пишириш зонаси* деб юритилади.

Қумтупроқ қаттиқ ҳолда икки молекуладан ортиқ оҳакни бириктира олмайди. Бироқ суюқ ҳолда қумтупроқ оҳакка нисбатан жуда тез ($3CaO \cdot SiO_2$ гача) тўйинади. Демак, уч кальцийли силикат олиш учун икки кальцийли силикат оҳакни ютиб, юқори асосли $3CaO \cdot SiO_2$ га айланалган даражада аралашмани қиздириш керак.

Анча осон эрийдиган минераллар C_2A ва C_4AF пишириш зонасида эрийди. Ҳосил бўлган суюқ фазада C_2S эриб C_2S гача тўйинади. Уч кальций силикат эритмада икки кальций силикатга нисбатан анча кам эрийди. Шунинг учун C_2S ҳосил бўлиши билан эритма минералга ута тўйиниб қолади ва уч кальций силикат эритмадан майла-майла қаттиқ кристаллар ҳолида ажралиб туради.

C_2S нинг эриши ва оҳакнинг ютилиши бутун куйдирилаётган аралашма массасида бўлмай, балки унинг айрим улушларида ўтади. Демак, оҳак икки кальций силикатни тўлиқ синдириб олиши учун материалларни маълум вақт-гача пишириш температураси (1350...1450°C) да тутиб туриш талаб қилинади.

Материаллар бу зонада қанча кўп тутиб турилса, оҳак шунча тўлиқ боғланади, шу билан бирга C_2S кристаллари ҳам йириклашади. Клинкernи пишириш температурасида кам вақт ушлаб туриш тавсия қилинади, агар шундай

қилинса портландцементнинг физик-механик кўрсаткичлари юқори бўлади. Клинкер пишириш зонасидан совитиш зонасига тушади. Бу ерда клинкер қаршисига совуқ ҳаво оқими оқиб келади. Пишириш зонасида айрим вақтларда аралашманинг бутун оҳаги қумтупроққа бутунлай тўйиниб улгурмайди. Бу ўзлаштириш жараёни аралашмада оҳак ва C_2S камайиши сабабли янада секинлашади. Натижада тўйиниш коэффициенти юқори бўлган клинкерларда доим эркин оҳак бўлади. Бундай клинкерларда оҳак C_2S ҳолида иложи борица кўпроқ ўзлаштириб олиниши керак. Клинкер таркибида эркин оҳак 1...2% бўлса, у портландцемент сифатига ёмон таъсир кўрсатмайди. Бироқ унинг миқдори кўп бўлса, портландцемент ҳажмининг нотекис ўзгаришига сабаб бўлади, шунинг учун клинкер таркибида оҳакнинг кўпайишига йўл қўймаслик керак.

Совитиш зонасидан клинкер 1000...1100°C да чиқади ва уни бутунлай совитиш учун печ совиткичига юборилади. Клинкер совитилаётганда ундан ажратиб олинаётган иссиқлик яна печга қайтарилади.

Минерализаторлар Na_2SiF_6 , $MgSiF_6$, Fe_2O_3 , гипс ва фосфогипс таъсирида кальций карбонатнинг диссоциланиш температураси пасаяди, юқори температурада ҳосил бўлган суюқликнинг қовушқоқлиги камаёди ва унинг алит кристалланиш жараёнига таъсири сезиларли даражада кучаяди.

Ўзбекистон Республикасида янги бирикма — кальций сульфалоюминати — $3CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot CaSO_4$ нинг юқори температурада ҳосил бўлиши кашф этилди. У гипс ва фосфогипс минерализатор тарзида қўлланилганда оралик маҳсулот сифатида ҳосил бўлади. Бу унинг иштирокида анча паст температурада ҳам кўп миқдорда C_2S ҳосил бўлишига олиб келади. Ҳосил бўлган $3CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot CaSO_4$ комплекс бирикма эса C_2A нинг юзага келишига ҳалақит беради. Бундан ажралиб чиққан кальций оксид C_2S нинг C_2S га қадар тўйиниши учун сарф бўлади, гипсли аралашмаларда мазкур (C_2S) минералнинг кўплиги шу билан боғлиқ.

Актив бўлмаган C_2A ўрнини $3CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot CaSO_4$ ва маълум қисм C_2S нинг ўрнини C_2S эгаллайди. Натижада цемент активлиги ҳам ортади. Фторидли аралашмада гипсни минерализатор сифатида ишлатиш яхши самара бера-

ди. Бунга эришиш учун Al_2O_3 нинг клинкердаги бир оғирлик бирлигига $CaSO_4$ ва CaF_2 дан 0,7 оғирлик бирлиги қўшиш тавсия этилади, бу эса куйдириш температурасини 50...70°C га камайтириш ҳамда цемент мустаҳкамлигини 30...40% ва ундан купга ошириш, шунингдек, иш-қорларнинг зарарли таъсирини йўқотиш имконини беради.

Клинкери туйиш

Майяи техник хоссаларга эга бўлган портландцемент олиш учун клинкери туйиш, унга гипс ва актив минерал қўшилмалар қўшиш керак. Гидравлик қўшилмаларнинг купи ғовак, табиий шароитда жуда нам бўлади. Шунинг учун қўшилмалар қуритиб туйилади.

Гипсли қўшилма сифатида икки молекула сувли гипс, яъни гипстош ишлатилади. Гипстош жағли майдалагичларда майдаланади, у одатда қуритилмайди. Бу қўшилмадан купи билан 2...3% қўшилади. Тайёрланган клинкер қанчалик майда туйилса, портландцементнинг активлиги шунчалик юқори бўлади, у дастлаб тез қотади.

Портландцемент ишлаб чиқариш технологиясида энг куп энергия сарфланадиган операциялардан бири туйиш ҳисобланади. Шарли тегирмонда майдаланган 1 т портландцемент учун соатига 30 кВт ва ундан ортиқ электр энергия сарфланади. Шунинг учун заводларнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларига кўра, 008 рақамли элакда 5...8% гача қоллиқ қолаган қилиб туйилган портландцемент, 2...4% ва ундан кам қолдиқли тез қотувчан цемент ишлаб чиқарилади. Бу ҳолда цементларнинг солиштирма сирти тегишлича 300...350 м²/кг ва 400...450 м²/кг га етади.

Цемент кукунни ўлчамлари, асосан 5...10 мкм дан 30...40 мкм гача бўлади.

Цементларнинг солиштирма сирти ортган сари унинг мустаҳкамлиги ва қотиш тезлиги ортади, чунки заррачаларнинг актив сатҳи ўсади. Аммо бу кўрсаткичлар маълум дисперслик даражасига, яъни солиштирма сатҳи 700...800 м²/кг бўлгунча ортади. Бу чегаралар сўнг қотган цемент-тошнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари одатда ёмонлашади.

Амалда кукунлашнинг икки хил схемаси ишлатилади: очиқ цикл ва ёпиқ цикл.

Клинкери очиқ цикл бўйича туяётганда материаллар тегирмондан қўшимча ишловсиз бевосита тайёр маҳсулот-

лар омборига юборилади, ёпиқ циклда эса тегирмондан чиққан материаллар сепараторларда эланади, цементнинг йирик доналари қайта туйишга юборилади, майдаси эса тайёр маҳсулотлар омборига жўнатилади. Тайёр цемент заводларда ҳар бирининг сизими 2500...10000 т бўлган диаметри 8...18 м ва баландлиги 25...40 м бўлган темир-бетон силосларда сақланади. Цемент силосларининг умумий сизими камида 10 суткалик ишлаб чиқарилган цементни сақлашга етарли бўлиши кўзда тутилади. Ҳар бир заводда бундай силослардан камида 4 та бўлиши керак. Иккитасида цемент этилади ва совийди учинчисига цемент тўлдирилади, тўртинчисидан олинади.

Портландцементнинг қотиши, хоссалари ва ишлатилиши

Мураккаб таркибли портландцементнинг сув билан бириктирилиши ва янги ҳосил бўлган маҳсулотларнинг цементни физик-механик хоссаларига таъсирини аниқ билиш учун ҳар бир компонентнинг сув билан реакцияга киришишини кўриб чиқиб, сўнггра мураккаб жараён ҳақида тўла тушунчага эга бўлиш мумкин.

Алит — клинкерда Al_2O_3 ва MgO қўшимчаси билан бирга учрайдиган C_3S нинг қаттиқ эритмаси бўлиб, сув билан реакцияга киришганда атроф муҳит температурасига ва кальций гидроксид концентрациясига боғлиқ ҳолда эриб турли гидросиликатлар ҳосил қилади.


Одатдаги температура ва $Ca(OH)_2$ нинг эритмадаги концентрациясида CaO ҳисобланса, унинг миқдори 0,05...1,1 г/л бўлганда, маълумотларга кўра, C_3S нинг гидратацияси туфайли кам кристалланган ўзгарувчан таркибли $CaO_{0,8-1,5} \cdot SiO_2 \cdot nH_2O_{2,5-1}$ гидросиликатлар ҳосил бўлади. Эритмада $Ca(OH)_2$ нинг концентрацияси қанча кам бўлса, ҳосил бўлган гидросиликатларнинг асослилиги шунча паст бўлади. Бундай гидросиликатлар Богг — $CSH(B)$ қурилишидаги умумий формула билан ёки Тейлор — $CSH(I)$ билан белгилаган.

Эритмада $Ca(OH)_2$ нинг концентрацияси тўйинган ва ўта тўйинган, $Ca(OH)_2$ нинг эрувчанлиги ошадиган даражага етганда C_3S метастабиль таркибли гидросиликат $CaO_{1,5-2} \cdot SiO_2 \cdot nH_2O$ га айланади.

Боггга кўра у C_3SH_3 формуласи билан, Тейлорга кўра $C_3SH(II)$ — билан белгиланади. Бироқ қотувчи цемент ха-

мири аралашмасининг температураси 30...50°C га етганда, шунингдек $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг эрувчанлигини камайтирувчи эритмада ишқорнинг борлиги, асосан $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ таркибли гидросиликатларни ҳосил қилишга имкон беради. Бу бирикма $\text{CSH}(\text{B})$ группасига тааллуқлидир. Шунинг учун яхши кристалланган тоберморит — $\text{C}_2\text{S}_6\text{H}_5$ ҳам шу группага кирилади.

Агар цемент хамирида, асосан $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ҳосил бўлади деб фараз қилсак, у ҳолда C_2S нинг сув билан реакцияси қуйидагича ёзилади:



Кўрииб турибдики, бу реакцияда уч кальцийли силикат гидролитик парчаланиш натижасида кўп миқдорда эркин кальций гидрат оксид ҳосил қилади. Бу гидрат цементгош структурасини ўзгартириши билан бирга унинг сувда емирилишини ҳам тезлаштиради. Бу ҳолатнинг олдини олиш ҳақида қуйида тўхталиб утилади.

$\text{CSH}(\text{B})$ группасидаги кальций гидросиликатлар қатлами кристалл структурага эга бўлиб, H_2O молекулаларини турли миқдорда (2; 5; 1; 0,5) қатор орасида ушлаб туради. Бу сув кристалл текисликлари орасидаги бўшлиқдан буғланиб кетиши ва яна сингиб кириши мумкин. Натижада кристалл түр киришади ва сув сингиб кирганда шишади. 2...2,5 молекула сувли гидросиликатлар одатдаги температурада ва у бир оз кўтарилганида ҳам барқарор туради. Температура 100°C атрофида бўлганида гидрат сувнинг миқдори бир молекулагача камаяди, температура 250°C гача ортса, сув 0,5 молекула қолади. 450...500°C да гидрат структураси ўзгармасдан гидросиликатларнинг тўла сувсизланиши бошланади. 700...800°C да түр ўзгариб анчагина киришади ва натижада β — волластонит ҳосил бўлади.

$\text{CSH}(\text{B})$ ва C_2SH_2 группасидаги гидросиликатлар қалинлиги 20...30 Å икки-уч молекула қатлам атрофида, кенглиги 400...500 Å, ўртача узунлиги 1 мкм га яқин жуда юпқа барг каби ҳосил бўлади.

Янги маҳсулот заррачаларининг солиштирма сатҳи; икки қатламининг қалинлиги 376 м²/г, уч қатламининг қалинлиги 252 м²/г.

$\text{CSH}(\text{B})$ ва C_2SH_2 гидросиликатлар мунтазам равишда сув билан ишланса, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эриб ювилиши ҳисобига улар

тўла парчаланади. Ювилмай қолган қаттиқ қисм асосан говак ҳолатдаги сувли қумтупроқдан иборат.

Замонавий маълумотларга кўра, C_2S нинг 175...200°C даги гидратацияси $\text{Ca}(\text{OH})_2$, C_2SH_2 , $\text{C}_2\text{SH}(\text{A})$, (1,8...2,4) $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2(1...1,25) \cdot \text{H}_2\text{O}$ лардан иборат турли маҳсулотларни ва уч кальцийли гидросиликат C_2SH_2 ни ҳосил қилади. Кўрсатиб ўтилган гидросиликатларнинг қайсиниси кўп ҳосил бўлиши температура, иссиқ-нам шароитда ишлов беришнинг вақтига ва бошқа факторларга боғлиқ.

β — икки кальций силикат 160°C гача гидратация жараёнида C_2SH_2 ни ҳосил қилади. Бу бирикма яна юқорироқ температурада $\text{C}_2\text{SH}(\text{A})$ га, Тейлор буйича эса C_2S нинг α — гидратига ўтади.

C_2S ва C_2S нинг кварц куми билан 10:30 ва 50:50 нисбатдаги аралашмаси 175...200°C да 8...10 соат давомида иссиқ-нам шароитда ишлов берилганда $\text{CSH}(\text{B})$, қум қам бўлганда $\text{CSH}(\text{B})$ билан биргаликда $\text{C}_2\text{SH}(\text{A})$ ҳосил бўлади.

$\text{CSH}(\text{B})$ типдаги гидросиликатлар 150...200°C да 10...20 мономолекула қалинлигидаги пластинкадан иборат бўлади. Бу эса янги маҳсулотларнинг оддий температурада ҳосил бўлгандагига нисбатан солиштирма сатҳини жуда ҳам камайтириб юборади. Кристалланиш даражаси анча ортади.


Уч кальцийли алюминат C_3A одатдаги шароитда гидратацияланганда олдин метастабил гексагонал пластинкасимон бирикма — $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot (10...12)\text{H}_2\text{O}$ ҳосил бўлади. Аммо бу модда икки кальций ва тўрт кальций гидроалюминатларнинг эквимоляр нисбатдаги аралашмасидан иборат деб тахмин қилинади. Бу фаза нисбатан паст температурада ва намлик камроқ бўлган муҳитда бир қисм гидрат сувини йўқотади (10...8 H_2O гача). 105°C да гидрат сувининг миқдори 6...8 H_2O гача камаяди.

Сув эритмасидан $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг концентрацияси кўпи билан CaO ҳисобида 1,08 г/л бўлса, юқорида кўрсатилган фаза аста-секин $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ га айлана бошлайди.

25°C дан юқорида гексагонал пластинкасимон фаза — C_2AH_{12} 105°C да барқарор кубсимон $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ га ўтиш қобилиятига эга бўлади. 275°C ва ундан юқори температурада бу бирикма $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$ га айланади.

C_3A сув ва гипснинг турли модификациялари иштирокида одатдаги температурада гидратланиб гидросульфоса-

люминат деб аталувчи комплекс бирикма $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot (30\ldots 32) \text{H}_2\text{O}$ ҳосил қилади. Бу бирикма гидросульфоалюминатнинг юқори сульфатли шакли деб ҳам аталади. У одатда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг тўйинган эритмасидан қуйидаги реакция бўйича ҳосил бўлади:




Табиатда учрайдиган бундай таркибли минерал модда эттрингит деб аталади.

$\text{Ca}(\text{OH})_2$ ва кальций сульфатнинг паст концентрацияларида, асосан гидросульфоалюминатнинг бир сульфатли шакли ҳосил бўлади. У купинча $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ билан қаттиқ эритма ҳосил қилади. унинг формуласи қуйидагича: $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.


Сувли эритмаларда кальций оксиднинг миқдори 0,027 г/л дан кам бўлса, уч сульфатли шаклдаги гидросульфоалюминат барқарор бўлмайди.

Таркиби ва структурасига кўра, гидросульфоалюминатларга ўхшаш бошқа силико-, карбо-, хлоралюминат деб аталувчи комплекс бирикмалар ҳам бор, улар қуйидагилар: $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaSiO}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$; $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSiO}_3 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$; — гидросиликоалюминат, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaCO}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$; $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaCO}_3 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$; — гидрокарбоалюминат, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaCl}_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ — гидрохлоралюминат кальций ва бошқалар.

Алюмоферрит фазаси сув билан қуйидаги реакцияга киришади:



Аммо кўп миқдордаги сув таркибида $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг бўлиши бир кальций гидроферрит тўрт кальций ферритли гидратига қуйидаги реакция бўйича айланади.




Целит ва ферритли цементлар таркибида икки кальцийли феррит бор. У гидратацияланганда икки кальций гидроферрит $2\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ҳосил қилади. Бу бирикма $\text{Ca}(\text{OH})_2$ эритмаларида $3\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ га, айрим маълумотларга кўра эса $4\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ га айланади.

Клинкер минералларнинг сув билан ўзаро таъсир этиш жараёни ҳамма вақт бир хил тезликда ўтаверали. C_3A сув билан анча тез таъсир этишади, C_4AF эса бир мунча се-

кинрок, C_3S ундан ҳам секин, C_2S жуда суст таъсир этишади.

Уч ва тўрт кальций гидроалюминат ва гидроферритларнинг бир хил таркиблиси бир вақтнинг ўзида ҳосил бўла бошласа, уларнинг умумий формуласи $3\text{CaO} \cdot (\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ва $4\text{CaO} \cdot (\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3) \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ булган қаттиқ эритмалар ҳосил бўлади.

Гидроферритлар гидроалюминатлар сингари гипс ва кальций хлорид билан комплекс бирикмалар: $3\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot (30\text{—}32)\text{H}_2\text{O}$ ва $3\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaSO}_4 \cdot (10\text{—}12)\text{H}_2\text{O}$ ҳосил қилади. Туйилган кум билан 175...200°C да гидрогра-
натларни:



Шунингдек, $\text{CSH}(\text{B})$ типдаги гидросиликатларни ҳосил қилади. C_2F ҳам автоклавда иссиқ-нам ишловига учратилса, худди шундай жараён содир бўлади.

Цемент таркибидаги алюминат, алюмоферрит ва шиша фазасидаги $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ сув билан реакцияга киришганда, эриб NaOH ва KOH ҳосил бўлади. CaSO_4 иштирокида ишқорлар у билан реакцияга киришиб, Na_2SO_4 ва K_2SO_4 ҳосил қилади. Натрий ва калий ишқорлари сувда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг концентрациясини пасайтириб, билвосита вужудга келадиган кальций гидросиликатлар таркибига таъсир этади. Одатда цемент ҳамирининг сувли эритмасида ишқорларнинг умумий миқдори 1% дан ортмайди.

Портландцементнинг сув билан реакцияга киришганда бирланига цемент таркибига кирувчи айрим минералларнинг ва фазаларнинг гидратацияси ва гидролизи бошланади. Биринчи навбатда, сув билан C_3A реакцияга киришиб, умумий таркибли гидроалюминатлар аралашмасини ($\text{C}_3\text{AH}_{10-12}$) ва сўнгра C_4AF гидратини ҳосил қилади. C_3S бирмунча суст гидратланади ва гидролизланади. У сувли $\text{Ca}(\text{OH})_2$ га тўйинтириб боради. Белит эса сув билан ўта суст реакцияга киришади. Айни бир вақтда мураккаб иккиламчи реакциялар ҳам кетади. Улардан айримлари уч сульфат шаклидаги гидросульфоалюминат ва гидросульфферритларни ҳосил қилади. Бу бирикмаларнинг қаттиқ эритма ҳолида ҳосил бўлиши суяқ муҳитда $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ва CaSO_4 концентрациясининг юқорилигини кўрсатади. Умумий таркибли гидросульфоалюминатлар $\text{C}_3(\text{AF}) \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot (30\text{—}32)\text{H}_2\text{O}$

ёмон эрувчанлиги туфайли ута майда дисперс заррачали қаттиқ фаза ҳосил қилади. Кейинчалик системада кальций сульфат миқдорининг камайиб бориши туфайли, уч сульфатли фаза аста-секин бир сульфатли фазага айни шу вақтнинг ўзида таркиби $C_3(AF) \cdot CaSO_4 \cdot 12H_2O$ ва $C_4(AF) \cdot 13H_2O$ дан ташкил топган мураккаб қаттиқ эритмали бирикмаларни ҳосил қилади. Ҳаводаги CO_2 иштирокида, қисман $C_3A \cdot CaCO_3 \cdot 12H_2O$ ҳам ҳосил бўлиши мумкин. Портландцемент дастлаб сув билан бирикканда серсув гидратли бирикмалар $2CaO \cdot SiO_2 \cdot 4H_2O$, $3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 12H_2O$, $3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3CaSO_4 \cdot 31H_2O$ ва бошқалар ҳосил бўлади. Вақт утиши билан аста-секин қотиш жараёни кўрсатилган бирикмалар парчаланиб портландцемент кам сувли гидратларга, жумладан, $C_3S_2H_3$; C_3AH_6 ; $C_3A \cdot CaSO_4 \cdot 12H_2O$ га ўтади. Шу нарса маълумки C_2S ва C_3S нинг эрта гидратацияланишида таркиби жиҳатидан яқин бўлган кальций гидросиликатлар ҳосил бўлади, C_3S нинг гидратацияси мобайнида эркин ҳолда ажралиб чиқадиган $Ca(OH)_2$ кристаллари қотаётган массанинг микрогүлдиргичи вазифасини бажаради, яъни C_2S ва C_3S бир хил даражада гидратацияланганда улардан ҳосил бўлган мономинерал тошларнинг мустақамлиги бир-бирига яқин бўлиши керак.

Кальций гидросиликатларни кальций силикатларнинг гидратлари дейиш мумкин. Айрим гидросиликатларда сув турлича боғланган бўлади: OH , H_2O -гидратли, кристаллик цеолитли. Шунинг учун уларнинг дегидратацияси ҳам турличадир.

Тейлор кальций гидросиликатларнинг қуйидаги асосий группаларини белгилади:

1. Структурасига кўра волластонитга яқин бирикмалар: некоит, окенит, ксонотлит, фошагит, геллебрандит.
2. Тоберморитли;
3. Гидролитли: гидролит, трускоттит, Z — фаза;
4. γ — C_2S структурасига кўра яқин бирикмалар: кальций хондродит (гидрат γ — C_2S);
5. Бошқа кальций гидросиликатлар: афвиллит, гидрат C_2S , γ — фаза.

Волластонит группаси. Бу группага некоит, окенит, ксонотлит, фошагит ва гиллебрандит киради. Ана шу бирикмалар учун 7,3 Å га яқин текисликлараро масофа ҳос. Шунингдек, волластонит учун бир йўналишда такрорла-

наварадиган 7,3 Å га яқин текисликлараро масофа характерли, бу эса мазкур группа гидросиликатларни гидратланган волластонит дейишга имкон беради. Волластонит структурасида метасиликат занжирлар шундай боғланганки, унда ҳар учинчи тетраэдр такрорланади. Шунга кўра, уларни уч каррали дейиш мумкин. $Si = 0$ элементлар волластонит структурасида уқ бўйлаб ҳар 7,3 Å да, $Ca = 0$ элементлари эса ҳар 3,65 Å да такрорланади.

Некоит $C_3S_2H_6$ ва окенит CS_2H_2 800°C да бир қанча ўзгаришлардан сўнг улар волластонитга айланади. Ксонотлит C_6S_6H гидротермал шароитларда 150...400°C оралигида реакцияга мойил турли материаллардан $CaO : SiO_2 = 1:1$ да осон синтез қилиб олинади. Бу бирикма 374°C ли нуқтага қадар сув буғида тўйинган муҳитда, шунингдек, қизитилган буғда ҳосил қилинган. Н. В. Белов фикрича, ксонотлит таркиби $Ca_6(Si_6O_{17}) \cdot (OH)_2$ формуласига мос келади.

Фошагит — $Ca_4(Si_3O_9) \cdot (OH)_2$. Бу модда Тейлор буйича илк бор Флинт томонидан тегишли таркибли шишадан 300...350°C да тўйинган буғ муҳитида синтез қилинган. У 700°C да парчаланиб, волластонит ҳосил қилади.

Гиллебрандит C_2SH — табиий минерал бўлиб, унинг хоссалари яхши ўрганилган. У тегишли таркибдаги оҳак ва қумтупроқ аралашмасидан 150...250°C да тўйинган сув буғида ишлов бериб синтез қилинади. Гиллебрандит 520...540°C да дегидратацияланади. Унинг Белов ва Мамедов белгилаган тузилиш формуласи $Ca_{12}(Si_6O_{17}) \cdot (OH)_4 \cdot 12Ca(OH)_2$. Гиллебрандит CO_2 таъсирида парчаланиб $CaCO_3$ ва амморф SiO_2 ҳосил қилади.

Тоберморитлар группаси. Бу группага, одатда ишлаб чиқариш шароитида портландцемент гидратациясида ҳосил бўладиган барча кальций гидросиликатлар киради. Тоберморитлар OH группаси ва турли хил миқдорда H_2O га эга. Улар структурасига кўра, монтморионит гиллари ва вермикулитни эслатади. Сув турли оралиқдаги қатламлар ўртасида бўлади. Битта SiO_2 молекуласига $2H_2O$, H_2O ва $0,5H_2O$ тўғри келади. Бу жуда мураккаб группа бўлиб, унинг таркиби ҳам аниқ эмас.

Афвиллит $C_3S_2H_3$ илк бор 1956 йил тавсифланган, унинг турлари параметри маълум. Структура формуласи $Ca_3 \cdot 2H_2O[SiO_3(OH)]_2$. У SiO_2 ҳамда CaO аралашмасидан син-

тез қилиб олинади, паст температурада ҳосил бўлади, 240°C температурага чидамли, $275\ldots 285^{\circ}\text{C}$ қадар қиздирилганда ўз таркибидаги сувни йўқотади. Атомларнинг қайта группаланишига мос келадиган экзотермик эффектга (820°C) эга.

γ — фаза ($\text{C}_2\text{S}_2\text{H}$) табиатда топилмаган. Синтез йўли билан олинган. У C_2S нинг барча хилларидан, шунингдек $350\ldots 800^{\circ}\text{C}$ да ва $30\ldots 200$ МПа босимда оҳак билан қумтупроқ аралашмасидан осонгина олинади.

Портландцементнинг қотиши. Майдаланган, қўшилмаларсиз клинкерли цемент сувда қорилганда, вақт ўтиши билан мустаҳкамлана борадиган ва тошсимон ҳолга ўтадиган цементтошга айланувчи пластик хамир ҳосил бўлади. Аноганик боғловчи моддаларнинг қотиши туғрисида академик А. А. Байков ва унинг мактаби ишлаб чиққан классик назарияга қўра бу жараён уч босқичга бўлинади. Шу босқичлар давомида клинкер қукуни сув билан қориштирилганда сўнг мустаҳкам тошсимон материалга айланади.

Эриш босқичи. Цемент доналари сувга тушганда минералларнинг юза қатламлари эритмага ўтади, натижада цемент доналарининг чуқурроқ қатламлари очилиб қолади. Эритма дастлабки молла — клинкер минераллари билан тўйинмагунча эриш жараёни давом этаверади. Одатдаги шароитда клинкер минералларининг сув билан ўзаро таъсир этиш реакциялари баъзи минераллар (C_2S ва C_3A) учун гидратация реакциялари бўлади.

Коллоидланиш босқичи. Клинкер минераллари ва уларнинг ҳосилалари сувда турлича тезликда эрийди. Кальций гидроксид сувда айниқса яхши эрийди. У уч кальций силикат гидролизлангани заҳоти оҳакка тўйинган эритма ҳосил қилади. Кальций гидросиликатлар, гидроалюминатлар, гидроферритлар дистилланган сувда бир оз эрийди, оҳакка тўйинган эритмада эса бутунлай эримайди. Шу туфайли клинкер минералларнинг сув билан ўзаро таъсир этиш маҳсулотлари — кальций гидросиликатлар, гидроалюминатлар ва гидроферритлар $\text{Ca}(\text{OH})_2$ сингари эритмага ўтмайди, балки шу заҳоти коллоид эритмалар ҳосил қилиб майда-майда қаттиқ заррачалар ҳолида ажралиб чиқа бошлайди.

C_2S яна гидролизланиши туфайли ҳосил бўладиган кальций гидрат оксидининг янги улушлари оҳакка тўйинган

эритмада энди эрий олмайди ва $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ҳам жуда майда коллоид заррачалар қўринишида ажралиб чиқа бошлайди.

Ҳосил бўлган коллоид массалар қовушқоқ ва ёпишқоқ бўлади. Шу сабабли цемент хамири пластиклик ва боғловчи хоссаларига эга. Цемент хамирининг қовушқоқлиги бетонбоп қоришманинг айрим ташкил этувчилари, шунингдек, қум ва цемент хамирига ажралиб, қатламлана бошлашига тўсқинлик қилади. Бироқ цемент хамирида нисбатан қисқа вақт ичида ва фақат цемент қорилгандан кейинги дастлабки вақтда, яъни коллоид массаларнинг анчагинаси сувга аралашгани ва коагуляцияланганда бундай ҳол юз беради.

Клинкер минералларнинг янги улушлари сув билан ўзаро таъсир этаверади. Натижада кўп миқдордаги сув кимёвий бирикма — гидратлар ҳосил қилади. Цемент хамиридаги эркин сув миқдори камаяди, натижада айрим коллоид заррачалар бир-бирига яқинлашади, йириклашади ва ўзаро елимланиб қолади. Натижада цемент хамирининг пластиклик ва боғловчилик хоссалари йўқолади. Бу ҳолда тўлдиргичлар қўшиб қорилган цемент хамиридан пластик бетонбоп қоришма ва мустаҳкам бетон ҳосил бўлади.

Кристалланиш босқичи. Цемент клинкер минералларининг янги коллоид ҳосилалари бир хилда кристалланмайди. Биринчи навбатда кальций гидроалюминатлардан ва қисман кальций гидроксиддан кристалл турлар ҳосил бўла бошлайди. Кальций гидросиликатлар эса анча вақтгача коллоид ҳолда туради. Шунинг учун цементнинг дастлабки қотиш давридаги мустаҳкамлиги кальций гидроалюминатлар, шунингдек $\text{Ca}(\text{OH})_2$ кристалларидан ҳосил бўладиган кристалл турли мустаҳкамлигига боғлиқ. Бироқ цементтош бундан кейин, асосан гидросиликатлар ҳисобига мустаҳкамлана боради. Гидросиликатлар аста-секин зичланиб кристалланади. Зичланган коллоид массалар ва гидросиликатнинг кристалл ҳосилалари гидроалюминатлар ва $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг кристалл турларига қараганда анча мустаҳкам бўлади. Асосан, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан ўзаро актив таъсир этишадиган аморф қумтупроқ SiO_2 дан ташкил топган гидравлик қўшилмалар портландцементнинг чучук сувга чидамлилигини оширади. Бунинг сабаби шундаки, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан ўзаро реакцияга киришганда нисбатан яхши эрийдиган оҳак қумтупроқ билан амалда эримайдиган кальций гидросиликат $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ҳосил қилади.

Шундай қилиб, портландцемент таркибида гидравлик қўшилмалар (ва гипс) бўлганда иккиламчи жараён рўй беради: клинкер минераллари билан сув ўртасидаги реакцияларнинг маҳсулотлари ва қўшилмалари кимёвий ўзаро таъсир этишади. Натижада портландцементнинг тишлашиш муддати узаяди ва сувга чидамлилиги ортади.

Портландцементнинг тишлашиш муддатлари бир қатор факторларга, яъни цемент хаамири температурасига, қоришмага солинадиган сув миқдорига, клинкернинг минералогик таркиби, цементнинг майдалаб туйилганлиги, гипс ва қўшилмалар миқдорига боғлиқ. Цемент хаамирининг харақатчанлиги йўқолган дастлабки давр цементнинг тишлашиши бошланганлигини, унинг тошдек қаттиқ ҳолга келгани эса цементнинг тишланиб бўлганлигини билдирлади.

Стандартда кўрсатилган талабларга мувофиқ портландцемент 45 минутдан кейин тишлаша бошлаши ва камида 12 соатда тишлашиб бўлиши лозим.

Температура ортиб бориши билан цементнинг тишлашиш муддати тезлашади, температура пасайиб бориши билан эса секинлашади. Сув керакли миқдордан ортиқ қўшилса ҳам цементнинг тишлашиши секинлашади.

Клинкер минералогик таркибининг ва солиштирма сирт миқдорининг тишлашиш муддатларига таъсири клинкер минералларининг гидратацияланиш тезлиги билан харақатланади, цемент хаамирининг тишлашиш жараёнида C_3A асосий роль ўйнайди, уч кальций алюминат қандай тезликда тишлашса, гипс қўшилмаган майдаланган портландцемент клинкери ҳам тахминан шундай тезликда тишлаша бошлайди.

Цементдан қанча иссиқлик ажралиб чиқиши у қанчалик майда туйилганлиги ва минералогик таркибига, унда минерал қўшилмаларнинг бор-йўқлигига боғлиқ. Энг кўп иссиқлик гидратацияси C_3A (қарийб 1050 кал/г) билан C_2S (тахминан 540 кал/г) дан бўлади. Икки кальций силикат тегишли равишда 3-2 марта кам иссиқлик чиқаради. Шунини айтиш керакки, бетон конструкциясининг температураси жами гидратация иссиқлигига эмас, балки иссиқликнинг ажралиб чиқиш тезлигига ҳам боғлиқ. C_3A ва C_2S дан айниқса кўп иссиқлик ажралиб чиқади. Демак, яхлит бетон конструкциялари учун таркибида шу минераллар кўп бўлган портландцементларни ишлатиб бўлмайди.

Натижада бетон конструкциялар ўз-ўзидан қизийди. Бу ҳолатнинг яхши ва ёмон томонлари бор. Масалан, қиш вақтида цемент экзотермияси бетон қилинаётганда конструкциянинг тез музлашига йўл қўймайди. Бу эса қотиш жараёнига яхши таъсир кўрсатади. Бироқ жуда кўп иссиқлик ажралиб чиқиши ҳам номақбул ҳодисадир, чунки цемент экзотермияси натижасида яхлит бетон конструкциялар ичидаги температура 50...60°C ва ундан ҳам ортади, демак, ташқи қатламлар ҳаво температурасида бўлади. Бу эса конструкциянинг ташқариси ва ичкарасидаги температуранинг турлича бўлишига олиб келади. Бетон элемент ҳам, ҳар қандай тош минерал каби температура ортиши билан ўлчами катталашади ва аксинча температура пасайиши билан тораяди. Бинобарин, бетоннинг анча совиган ташқи қатламлари сиқилишга интилади, лекин қизиб кетган ички қатламлари бунга йўл қўймайди. Натижада, бетоннинг сиртқи қатламлари чўзилган (зўриққан) ҳолатда қолади ва ёриқлар пайдо бўлади. Демак, бу ҳодисанинг олдини олиш учун белит цемент ишлатилгани маъқул, бироқ бундай цементларнинг мустаҳкамлиги анча паст.

Ҳажмий ўзгаришларнинг куйидаги турлари бор: цемент хаамири чўкиши (киришиш), цемент — сув системаси тортилишининг рўй бериши, ҳажмий кенгайиши, киришиш ва шишиш, температура таъсиридаги ҳажмий ўзгаришлардир. Цемент доналари оғирлиги кучи таъсирдан сувда чўкиши туфайли сув юқорига сиқиб чиқарилади, цемент доналари эса (аввал йириклари, сўнгра майдалари) тупланиб қолади. Цемент аралашмаларининг қатламланиш леб аталадиган бу хоссаси бетон конструкциялари мустаҳкамлигига катта таъсир қилади; цемент хаамирининг юқориги серсус қатламларида, қотганидан сўнг унчалик мустаҳкам бўлмаган ғовак-цементтош ҳосил бўлади. Бундай қатламланиш натижасида тўлдиргич остига унчалик мустаҳкам бўлмаган ва энг ғовак цементтош қатлами жойлашади. Шунинг учун механик кучлар таъсирида бетон худди шу энг бўш жойидан бузилади. Бундан ташқари, бетон ғовакларига сув кириб музлаб қолиши туфайли унинг совуққа чидамлилиги, шунингдек, агрессив суюқликлар таъсирида коррозияланишга чидамлилиги ҳам камаيда.

Қатламланиш жараёни унчалик кўп давом этмайди. Бироқ чўкишнинг нисбий миқдори анчага (2...3%гача) етади.

Цементнинг сув тутиб тура олиш қобилияти ўз навбатида цемент қанчалик майда туйилганлигига ва унинг таркибига боғлиқ.

Цементтош ҳавода қотаётганда, одатда ҳажми кичрайдиган (киришади), сувда қотаётганда эса бир оз ортади (шишади). У бир ой давомида қотганда 0,5...0,6%га кенгайиши ёки киришиши мумкин (яъни 1 м да 5...6 мм киришади). Оқибатда цементтошга қараганда бетон бир неча баравар кам киришса ёки шишса яхлит бетон конструкциялар дарз кетиши мумкин. Қотишнинг дастлабки давридаги киришиш ва шишиш бир ойлик жараёнинг 60...70%ига етади. Бунга сабаб, қурсатилган давр ичида гидратланаётган цемент доналарининг намни тортиш ва буғланиш ҳисобига хамирнинг айниқса тез сувсизланишидир. Сувсизланиш натижасида заррачалар бир-бирига яқинлашади ва цементтош киришади. Вақт ўтиши билан чуқуш ва шишиш деформациялари тўхтайдиган, бироқ атроф муҳитнинг намлиги ўзгариши билан бу жараён яна давом этиши мумкин.

Цементтош кимёвий реакциялар натижасида ҳам ҳажмий кенгайиши мумкин. Мисол учун клинкер таркибидаги эркин оҳак ва магний оксидининг суниши, шунингдек, уч кальций алюминат билан гипснинг ўзаро таъсир этиши ҳамда кимёвий реакцияларда ажралиб чиққан иссиқлик натижасида цементтошда деформация содир бўлиши мумкин.

Портландцемент мустаҳкамлик кўрсаткичларига кўра маркаланади. 28 кун қотирилган намунанинг сиқилишидаги мустаҳкамлик чегараси цементнинг активлиги деб аталади, марка шу кўрсаткичга қараб белгиланади. Агар цементнинг активлиги 54,6 МПа бўлса, унинг маркази 500 деб белгиланади. Портландцемент учун 300, 400, 500 ва 600 марказлар белгиланган.

Қотаётган портландцементнинг мустаҳкамлиги вақт бўйича бир текис ортмайди. Портландцементдан тайёрланган бетон 3 кун давомида қотгандан сўнг унинг мустаҳкамлиги шу марка учун белгиланган 28 кунлик мустаҳкамликнинг ярмига етади, мустаҳкамликнинг қолган ярмига эса 25 кундан кейин эришилади. Бироқ портландцемент асосида тайёрланган бетоннинг 28 кунда эришилган мустаҳкамлиги бошқа хил гидравлик боғловчи моддалардан тайёрланган бетонларники каби охириги мустаҳкамлик бўлиб

ҳисобланмайди, у максимал мустаҳкамликнинг ўрта ҳисобда 50 %ини ташкил этади. Қулай шароитда цементтошнинг ёки бетоннинг қотиши бир неча йил давом этади, шу туфайли охириги мустаҳкамлик шу маркага ҳос мустаҳкамликдан баъзан бир неча марта ортиқ бўлиши мумкин. Цементтош мустаҳкамлиги ва бу мустаҳкамликнинг ўсиши айниқса клинкернинг минералогик таркибига боғлиқ. Уч кальций силикатнинг охириги мустаҳкамлиги ҳам, мустаҳкамликнинг ортиш тезлиги ҳам бошқа минераларникидан юқори. C_3S нинг мустаҳкамлиги айниқса қотишнинг дастлабки 7 кунда тез ортади. Шу давр ичида 28 кунлик мустаҳкамликнинг 70 % га яқини таъминланади.

Икки кальций силикат бутунлай бошқача қотиб мустаҳкамланади. C_2S га қараганда C_3S нинг мустаҳкамлиги дастлабки (28 кунгача) амалга ошмайди. Аммо кейинчалик C_2S нинг мустаҳкамлиги тезда орта бошлайди ва натижада C_3S каби мустаҳкамланади. Бу минералларнинг бирийдан бундай фарқланишига сабаб гидратацияланиш тезлигидир.

C_3S нинг гидратацияси тахминан бир ойда тугаши мумкин, C_2S нинг гидратацияси эса бу вақтга келиб эндигина кучая бошлайди. Демак, дастлабки даврда тез қотадиган бетон тайёрлаш керак бўлса таркибида уч кальций силикат кўп бўлган алит портландцемент ишлатиш лозим. Бетон конструкциялари кўп вақт ўтгандан сўнг ниҳоятда мустаҳкамланиши талаб қилинса белит портландцемент ишлатиш керак. C_3A бошқа минералларга нисбатан унчалик мустаҳкам эмас, чунки у гидратланганда ғовак ва унчалик мустаҳкам бўлмаган структура ҳосил бўлади. C_3S ва C_2S гидратланганда эса янги анча зич структура ҳосил қилади.

Цемент клинкери сингари кўпминерал аралашмаларда C_3A цементтош мустаҳкамлигининг ўсишига яхши таъсир кўрсатади ва коллоид силикат массаларининг зичланиш жараёнига ёрдам беради. Тез қотадиган цемент таркибида фақат C_3A кўп бўлиши билан характерланади. Таркибида 60...70% C_3A ва 10% C_3A бўлган цементнинг дастлабки қотиш даврида мустаҳкамлиги анча тез ортади.

Пластик цемент хамири тайёрлаш учун зарур бўлган сув микдоридан клинкер минераллари кимёвий йўл би-

лан боғлаб олинадиган сув миқдори амалда доим кам бўлади. Масалан, бир ойдан сўнг цемент кимёвий йўл билан ҳаммаси бўлиб ўз оғирлигига нисбатан 15...20% сув бириктиради, ваҳоланки нормал куюқ хамир олиш учун ҳам, одатда 25% дан ортиқ сув талаб қилинади. Конструкция қолипига жойласа бўладиган бетонбоп қоришмалар тайёрлаш учун, одатда, цемент оғирлигининг камида 28...30% и миқдорида сув керак бўлади.

Шундай қилиб, цемент хамирида ҳамма вақт ортиқча сув бўлади. Бу сув буғлангандан сўнг цементтошда ғовак ва бўшлиқлар ҳосил бўлади.

Цементтошнинг ғоваклиги бетон конструкцияларининг чидамлилигига сезиларли таъсир кўрсатади. Сув буғланиши туфайли ҳосил булган канал ва ғоваклардан цементтошга агрессив сув ва газлар ўтади, натижада унинг эмирилишига йўл очилади.

Қотиш жараёни нормал ўтиши учун ва, демак портландцементтош янада мустаҳкамланиб бориши учун цементтошда доим сув бўлиши керак. Шунинг учун, цементтош қотиш жараёнининг биринчи кўнларида жуда нам шароитда туриши зарур. Цементтошнинг қуриб қолишига йўл қўйилса, у мустаҳкам қотишдан тўхтайдди. Цементтошнинг қотиши учун зарур нам шароит амалда ҳар хил усулда ҳосил қилинади: бетон конструкцияларга сув сепилади, буғланади, конструкцияга буғ ўтказмайдиган плёнка ҳосил қиладиган маҳсус эмульсиялар ёки полиэтилен плёнкалар қопланади ва ҳоказо.

16-§. Портландцемент турлари

Цементнинг кўп турлари маълум. Баъзи бирлари жуда тез қотса, баъзилари жуда секин қотади. Сув иншоотлари учун цементнинг бир тури ишлатилса, йўл қурилиши ишларига иккинчиси ва бинокорлик қоришмалари учун эса учинчи тури қўлланилади. Цементнинг бундай хилма-хиллиги, унинг таркибидаги тўртта минералнинг нисбатига боғлиқдир.

Цемент қанча яхши туйилган бўлса, унинг сифати шунча яхши бўлади, тишланиш қobiliяти шунча ошади, чунки заррачаларнинг умумий юзаси қанча катта бўлса, модал заррачалари ўртасидаги физик-кимёвий жараёнлар шунча тўла ва тез ўтади.

Портландцемент гидравлик боғловчи моддаларнинг бир тури. Бу боғловчи моддалар қаторига яна гилтупроқли цемент, пушчан цемент, шлакли цемент, микротўлдирилма цемент, кенгаювчи цемент каби гидравлик боғловчилар кирadi. Бу боғловчи моддалар яна бир қанча қўриқмага.

Масалан, портландцемент таркибига кўра: оддий, алит-селитли, алюминатли, алюмоферритли, ферритли, силицист, ишлатилишига кўра оддий, тез қотувчан, маҳсуз қотувчан, пластификацияланган, гидрофоб, сульфатга чидамли, ўртача экзотермик тампонаж, оқ ва қизилларга бўлинади.

1. 1. Тез қотувчан портландцементлар

Мадаллик ик билан ўсиб бораётган индустриал қурилиш иши қондириш учун заводлар олдиға тайёр бетон элементлари қўллаб ишлаб чиқариш вазифаси қўйилади. Бу эса ўз навбатида портландцементни жуда майдалаб таркибидаги актив минералларни кўпайтиришга эришилади. Бундай портландцемент 1—3 кун аҳкамланиши билан оддий портландцементдан фарқ қилади. Бундай цемент ишлатилганда, йиғма механизмлар ишлаб чиқариш технологик жараёнининг муддасқаради ва корхонанинг ишлаб чиқариш унуматида.

2 кун ичида очиқ жойда мустаҳкамлиги етарли дадиган боғловчи модда тез қотувчан цемент деб ада ортада. Унинг 1 кундан кейинги сиқилишға мустаҳкамлиги 20 МПа бўлса, 3 кундан кейингиси 30 МПа га чата. Бундай цементдан конструкциялар ёки буюмлар лозим бўлса, шунингдек, буғлаш учун шаган жойларда ишлатилади. Тез қотувчан цемент таркибида 50—60 % уч кальций силикат (C_3S), кальций алюминат (C_2A) билан тўрт кальций рит (C_4AF) ҳамда 8 % қурилиш гипси қўшилган икери ишлатилади. Қўшиладиган қурилиш гипси иқдордан ошмаслиги керак, акс ҳолда буюм уқцияда дарзлар ҳосил бўлиши мумкин.

Оқорида айтилганидек, гипс цементнинг тишлашиш ни секинлатибгина қолмасдан, балки дастлабаврида унинг янада мустаҳкамланиб боришида қотиш да

фаол иштирок қилади: гипс билан C_3A нинг ўзаро таъсиридан ҳосил бўлган кальций гидросульфоалюминат цемент бетонларнинг яна ҳам мустаҳкамланишига ёрдам беради. Бу вақтда энг муҳим шартлардан бири шуки, кальций гидросульфоалюминатнинг ҳосил бўлиш жараёни цементнинг биринчи қотиш кунларидаёқ тугаши мумкин (акс ҳолда бетон емирилади).

Кальций гидросульфоалюминатнинг ҳосил бўлиш тезлиги цементнинг қанчалик майда туйилганлигига ва гипснинг эриш даражасига, эриш даражаси эса ўз навбатида унинг модификациясига боғлиқ. Гипс қўшилма сифатида ярим молекула сувли $CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ ёки икки молекула сувли $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ кўринишда ишлатилади. Биринчисининг эрувчанлиги иккинчисиникига нисбатан 5 марта кўп. Демак, цементга ярим молекула сувли гипсни қўшиш кўпроқ самара берар экан.

Завод шароитида икки молекула сувли гипс ишлатиш мумкин. Цементни шарли тегиримонларда туйганда у жуда қизиб кетади ва ярим молекула сувли гипсга айланади. Гипс қўшимча сифатида туйилган цементга қўшилса, масалан, икки марта туйганда (амалда йиғма темир-бетон заводларида шундай қилинади) ярим молекула сувли гипс қўшган маъкул.

Бироқ цемент заводларида ҳамма вақт таркибида C_3S ва C_2A аралашмаси кўп бўлган цемент ишлаб чиқариб бўлмайди, бу хомашё сифатига, ёқилғи ва технологик жараёни ташкил этишга боғлиқ. Цементни жуда майдалаб туйиш ҳам иқтисодий жиҳатдан фойдали эмас. Аммо шу билан бирга темир-бетон буюмлари заводларида, айниқса олдиндан зуриқтирилган темир-бетон буюмлар ишлаб чиқариш учун тез қотадиган цемент керак бўлади. Бундай шароитларда цемент вибротегиримонларда яна бир марта туйиб олинади.

Йиғма темир-бетон ишлаб чиқаришда ишлатиладиган цементларнинг ҳаммаси вибротегиримонларда туйилиши мумкин. Шлак портландцементларни қайта туйиш айниқса яхши фойда беради.

Цемент вибрацион мосламада қайта туйилса, дастлабки даврда яна ҳам яхши мустаҳкамлана боради, маркаси ҳам ортади.

Цементнинг тез қотувчанлиги, биринчидан, унинг минералогик таркибига, иккинчидан, клинкернинг май-

даланиш даражасига боғлиқ. Клинкер қанчалик майда қилиб туйилса, олинган цемент шунча тез қотувчан бўлади. Шу сабабли, тез қотувчан цемент олишда унинг майдалик даражасини ифодаловчи солиштирма юзасини 350—450 m^2/kg га етказиш керак (оддий портландцементнинг солиштирма юзаси 250—300 m^2/kg).

Цемент заррачалари қанчалик кичик бўлса, унинг эриш ва гидратацияланиш жараёни шунчалик тезлашади. Масалан, цемент заррачаларининг катталиги 10 мкм бўлса, бундай цементдан тайёрланган намунанинг уч кундан кейинги мустаҳкамлиги 60 мкм бўлган цементникига нисбатан 7 марта катта бўлади. Цементнинг майдалиги унинг мустаҳкамлигига таъсири 17-жадвалда берилган.

17-жадвал

Солиштирма юза, m^2/kg	Сиқилишдаги мустаҳкамлик, МПа				
	1 кундан кейин	3 кундан кейин	28 кундан кейин	6 ойдан кейин	12 ойдан кейин
188	8,4	26	53	52	69
210	14,5	28	40	60	72
300	14,7	34	57	61	72
400	21,5	46	59	61	69
500	28	40	54	60	74

Тез қотадиган цементлар металл қолипларни тез бушатишга имкон беради. Айрим вақтларда эса иссиқ ишлов беришдан ҳам озод қилади.

Махсус тез қотувчан портландцемент ҳам мавжуд. У тез қотувчан портландцементга нисбатан яна ҳам жадалроқ қотади. Бундай цемент таркибида камида 60—65 % C_3S ва 8 % C_2A бўлган клинкерни гипс иштирокида ўта майда туйиш (400—450 m^2/kg) орқали олинади. Ўлчамлари 30 мкм бўлган заррачаларнинг умумий миқдори камида 50—60 %, баъзан 80 % гача бўлиши керак.

Махсус тез қотувчан цементнинг тишлашиш муддатларини яхшилаш учун кўп миқдорда гипс қўшилади (камида 4 % гача SO_3 ҳисобланганда). Цемент тез тишлашиб қолмаслиги учун цементни туйиш пайтида температура-нинг жуда кўтарилиб кетишига йўл қўймаслик керак.

Махсус тез қотувчан портландцементнинг мустаҳкамлиги 1, 3, 28 суткадан кейин 30, 40, 50, 60 МПа ни ташкил қилиши керак.

Ҳозирги кунда оддий портландцемент клинкерини сульфатоалюминат клинкери билан биргаликда туйиш орқали бундан ҳам тез қотувчан ва юқори мустаҳкамликка эга бўлган цементлар олинади. 28 суткадан сўнг бундай цементларнинг маркаси 700—800 ни ташкил қилади.

2. Пластификацияланган ва гидрофоб портландцемент

Клинкернаи пластификациялайдиган ёки гидрофобловчи қўшилма билан биргаликда майда қилиб туйишдан ҳосил бўладиган гидравлик боғловчи моддалар тегишлича *пластификацияланган ёки гидрофоб портландцемент* деб аталади.

Пластификациялайдиган ва гидрофоб қўшилмалар цемент оғирлигини (қуруқ моддага нисбатан ҳисоблаганда) 0,1—0,25 % миқдорига қўшилади.

Пластификацияловчи сирт-актив қўшилмалар сифатида сульфит спирт бардаси (ССБ)нинг концентрати хизмат қилади.

Цемент заррачаларининг устида гидрофиль моддаларнинг адсорбцион пардалари борлиги бетон қоришмасининг бевақт ёпишиб қолишига тўсқинлик қилади. Шунингдек, цемент заррачаларининг ва тўлдиригичларнинг қатлам-қатлам бўлиб чуқишини ҳамда қоришмадан сувнинг ажралиб чиқишини камайтиради, яъни сув, шағал, кум ва цемент қоришмасининг алоҳида-алоҳида қатламланишига йўл қўймайди.

Пластификацияланган цементдан тайёрланган бетон зич, совуққа чидамли ва кам сув ўтказувчан бўлади. Бундай цемент ишлатилганда 10 % гача боғловчи материал тежалади, Пластификацияланган цемент 300, 400, 500, 600 маркаларда чиқарилади.

Портландцемент кўп вақт очиқ ҳавода сақланса, унинг маркаси кун сайинг пасайиб боради, чунки ҳаводаги намлик цементдаги минераллар билан қисман бирикади. Бунинг учун цемент клинкерини туйиш жараёнида унинг 0,1—0,25 % миқдорида махсус гидрофоб моддалар қўшилади. Бундай қўшилмалар сифатида қуйидаги моддалар ишлатилиши мумкин:

- а) асидол цемент массасидан 0,08—0,12 % миқдорда;
- б) асидол-милонфт цемент массасидан 0,08—0,12 % миқдорда;

в) милонфт цемент массасидан 0,1—0,25 % миқдорда;

г) олеин кислота ёки оксидланган петролатум цемент массасидан 0,06—1 % миқдорда;

д) оксидланган петролатум, цемент массасидан 0,3 % миқдорда.

Клинкернаи туйиш жараёнида гидрофоб моддалар цемент заррачаси юзасини намланмайдиган парда билан қоплайди. Шунинг учун уни узоқ вақт ҳавода сақлаш мумкин. Бу вақт ичида унинг мустаҳкамлиги бошқа цементлар каби камайиб кетмайди. Гидрофоб цементдан қоришма тайёрлаганда, қотириш вақтини 1,5—2 минут узайтириш керак, чунки цемент заррачалари сиртидаги гидрофоб парда кум ва шағалнинг ишқаланишидан бузилиб, сув билан эркин равишда бирикиши лозим. Шунинг учун гидрофоб цемент узоқ сақланса ҳам у ўзининг пластиклик хоссасини йўқотмайди.

Гидрофоб портландцементдан буюм тайёрлаганда унинг зичлиги юқори бўлади, сув ўтказувчанлиги камаяди, совуққа чидамлилиги эса 800—1000 циклга ортади (оддий портландцемент бетоннинг совуққа чидамлилиги маркаси СЧ—200—300). Гидрофоб портландцемент ҳам оддий портландцемент каби маркаларда чиқарилади.

3. Сульфатга чидамли портландцемент

Бундай цементларнинг сульфатли сувлар таъсирига чидамлилиги юқори бўлади. Шундай цемент ҳосил бўлиши учун клинкер таркибидаги сульфатли моддалар (масалан, CaSO_4) билан кимёвий реакцияга киришадиган минераллар миқдорини камайтириш зарур. Портландцемент коррозиясининг учинчи турига мувофиқ — «цемент бациллалари» сувдаги кальций сульфат билан клинкердан уч кальцийли алюминат ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)нинг ўзаро таъсир этишидан ҳосил бўлади. Сульфатлар таъсирига турғун бўлган цемент клинкерида уч кальцийли алюминат миқдори 5 % дан ошмаслиги лозим, оддий цементда эса унинг миқдори баъзан 15 % га етади.

Тўрт кальцийли алюмоферритнинг гидролизи натижасида ҳам уч кальцийли гидроалюминат ҳосил бўлиши мумкин. Шунга кўра, сульфатлар таъсирига турғун бўлган портландцементда алюминатли таркибий қисмларнинг ҳаммаси 22 % дан кўп бўлмоғи лозим: $(3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 + 4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3)$.

Портландцементда уч кальцийли силикат кўп миқдорда бўлганда цементнинг сув ва сульфат таъсирига турғунлиги камаяди. Гидролиз вақтида ундан эркин кальций оксид гидрати ажралиб чиқади, бу гидрат жуда эрувчан бўлганлиги сабабли бетондан ювилиб чиқиб кетади. Шунга кўра, сульфат таъсирида турғун портландцементда уч кальцийли силикат миқдори стандартда кўрсатилгандек, 50 % дан ошмаслиги шарт. Сульфат таъсирига турғун портландцемент иккита маркага бўлинади: 300 ва 400.

Бу портландцементдан гидротехника қурилишларида, доим намланиш ва қуриш, музлаш ва эриш билан бирга сульфатли сувлар таъсирига учраб турадиган бетон ҳамда темир-бетон конструкциялар тайёрлаш учун кенг фойдаланилади.

1950 йилгача Ўзбекистондаги цемент заводларида таркибида алюминат кўп бўлган (15 % гача) портландцемент ишлаб чиқарила эди. Бундай цемент сульфатли сувларга чидамсиз, чунки алюминат миқдори кўп бўлган портландцементнинг сульфатли сувларда емирилишига асосий сабаб уч кальцийли гидроалюминатнинг сувда эриган гипс билан ўзаро таъсир этиши натижасида кальций гидросульфоалюминат ҳосил бўлади. У цементтош говакларида кристалланиб, тошни смирив юборишга ҳаракат қилади. Демак, клинкер таркибида уч кальцийли алюминат (C_3A) минерали йўқ бўлса, цемент сульфатлар таъсирига бардош бера олади. Лекин клинкерда уч кальцийли алюминатнинг бутунлай бўлмаслиги ҳам мумкин эмас, чунки бу ҳолда цементнинг қотиши ниҳоятда секинлашиб кетади. Шунинг учун сульфатга чидамли портландцемент клинкери таркибидаги уч кальцийли алюминат миқдори 5 % дан ошмаслиги лозим.

Цементнинг сувдаги коррозияси кўп жиҳатдан клинкердаги уч кальцийли силикат (C_3S) миқдorigа боғлиқ. Уч кальцийли силикатнинг гидролизи натижасида эркин кальций гидроксид ҳосил бўлади. У бетондан ювилиб чиқиб кетади ёки сульфат билан реакцияга киришиб гипс ҳосил қилади. Гипс уч кальцийли алюминат билан ўзаро таъсир этишади. Шунинг учун сульфатга чидамли портландцемент таркибида уч кальцийли силикат ҳам кўп бўлмаслиги керак. Лекин клинкер таркибида C_3S жуда оз бўлса ҳам сульфатга чидамли қотаётган цементда $Ca(OH)_2$ ҳосил бўлаверади.

Шунинг учун, ювилиб кетиш коррозиясининг олдини олиш мақсадида, сульфатга чидамли портландцементга 15 % гача глиеж ёки бошқа гидравлик қўшилмалар қўшилади. У $Ca(OH)_2$ ни юқорида айтиб ўтилганидек, кам эрийдиган кальций силикатларга айлантиради.

Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, кимё фанлари доктори, профессор И. С. Канцпольский раҳбарлигида бир гуруҳ олимлар цементларнинг сифатини яхшилаш борасида олиб борган ишлари натижасида, бу цементларнинг сульфат сувларига чидамлилигини янада ошириш учун клинкер таркибидаги C_3A минерали миқдорини анча камайтириб, тўрт кальцийли алюмоферрит (C_4AF) минералининг миқдорини ошириш кераклигини аниқладилар. Бунга 2—3% колчедан куйиндисини цемент хомашёсига куйдиришдан олдин қўшиб эришилди ва шу билан бирга цементни куйдириш жараёни ҳам тезлашди. Темир колчеданини катализатор сифатида қўшилиши маҳаллий цементларнинг Ўрта Осиё шароитида, айниқса, янги ўзлаштирилган жойларнинг қуруқ ва иссиқ, совуқ иқлим, кучли шамол ва шўр сувларга чидамли, кам алюминатли алюмоферрит портландцемент олиш имконини беради. Бу цемент 1960 йилдан Қувасой ва 1965 йилдан Охангарон цемент заводларида ишлаб чиқарилмоқда.

Ўзбекистонда бундай цемент ишлаб чиқаришни биринчи бўлиб техника фанлари номзоди С. Т. Тўхтаўжаев амалга оширди. Юқорида айтилгандек, сульфатли сувларга чидамли портландцемент таркибида C_3A миқдори 5 % атрофида олиниб, бундай цементда C_3S кўпи билан 50% ни ташкил қилар эди. Бу цементнинг дастлабки кунлардаги мустаҳкамлиги бир мунча паст бўлди. Силикат кўп (50 % дан ортиқ) цементнинг сульфатли сувларга чидамлилигини ошириш борасида ҳозир ҳам изланишлар олиб борилмоқда.

И. С. Канцпольский раҳбарлигида олиб борилган кўп йиллик тажрибаларда портландцемент клинкери таркибидаги C_3A миқдори минимумгача (1—2 % гача) камайтирилади ва C_3S миқдори 50 % атрофида қолдирилиб, цементларнинг асослилигини ошириш мумкин деб кўрсатиб берилди. Бу ишлар натижасида сульфатли сувларга чидамли 400 маркали, кам алюминатли алюмоферрит портландцемент олинди. Дастлабки сульфатли сувларга чидамли це-

ментлар маркази 300 эди. Шундай қилиб, олдиндан белгиланган минералогик таркибли цемент Куvasой хомашё-си базасида саноат миқёсида ишлаб чиқарилди.

4. Оқ ва рангли портландцементлар

Оқ портландцемент — таркибида (0,3—0,45%) темир оксид бўлган оқ клинкерни майда туйишдан ҳосил бўладиган гидравлик боғловчи модда.

Клинкерна туйиш жараёнида 15% гача гидравлик ёки 10 % гача инерт қўшилмалар, шунингдек, тишлашиш муддатларини керагича ўзгартириб туриш учун кўпи билан 3 % гипс қўшишга рухсат этилади. Гипс ва қўшилма туйилгандан сўнг бу цемент белгиланган даражада оқ бўлиши керак.

Портландцемент ранги клинкер минераллари таркибида қандай оксид борлигига қараб ҳар хил бўлади. Масалан, кальций силикатлар оқ: C_2S C_3S дан ҳам оқроқ бўлади ва ҳоказо. Айниқса уч кальцийли алюминат оқлиги билан бошқа цементлардан ажралиб туради. Тўрт кальцийли алюмоферрит таркибида темир оксидлари борлиги туфайли қорароқ бўлади. Шу сабабли, оддий портландцемент кул-ранг-яшил бўлади. Демак, клинкерда уни бўёвчи оксидлар (айниқса Fe_2O_3) бўлмаса бундай цемент оқ рангли бўлади.

Шундай қилиб, оқ портландцемент ишлаб чиқаришдан мақсад, таркибида темир оксид бўлмаган ёки жуда оз миқдорда бўлган хомашёнинг ишлатилишидир. Бундай клинкер таркибида C_4AF ҳам деярли бўлмайди. Бироқ маълум кимёвий таркибли хомашё ишлатишнинг ўзи ниҳоятда оқ портландцемент ишлаб чиқариш учун кифоя қилмайди. Бўёвчи оксидлар цементга ёқилги кулидан ёки туйиш жараёнидан тегирмон шарларидан ёхуд тегирмоннинг пулат қопламасидан утиши мумкин. Шунинг учун клинкерни нишириш пайтида кулсиз суюқ ёки газсимон ёқилги ишлатилади. Клинкер пишиб бўлган заҳоти унинг оқлиги оширилади. Бунинг учун клинкер қайтариш муҳит таъсирига учратилади. Шунда клинкер таркибидаги Fe_2O_3 камроқ бўййдиган Fe_3O_4 га айланади ва цемент янада оқаради. Хомашё аралашмаси ва оқ цемент клинкери махсус, қаттиқ, кам ёйиладиган пулат ёки чинни плиталар қопланган шар тегирмонларда майдаланади.

Оқ портландцемент клинкерини ишлаб чиқариш учун зарур хомашё сифатида жуда оқ бўлган материаллар соф оҳақтош ёки бўр, сералюминий оксидли гиллар (каолинлар) ишлатилади.

Оқ портландцемент оқлик даражасига қараб учга бўлинади. Олий нав, ОЦ-1, ОЦ-2. Турли нав цементнинг оқлик даражаси камида қуйидаги талабларга мос бўлиши керак. 1 нав — 76 %, 2 нав — 72 %, оддий портландцемент 40 % гача.

Оқлик даражаси фотометр ёрдамида аниқланади. ГОСТ га кўра қайтариш коэффициенти 96,3 % дан кам бўлмаган барий сульфат ($BaSO_4$) оқлик эталони ҳисобланади. Клинкерда кўп миқдорда уч кальцийли силикат бўлса, оқ портландцементдан тайёрланган буюмларнинг сиртида оқ доғлар ёки шўра ҳосил бўлиши мумкин. C_3S нинг гидролизи вақтида оҳақ ажралиб чиқиши сабабли бу ҳол юз беради. Бунга йўл қўймаслик учун оқ портландцементда, албатта, оҳақни кам эрийдиган кальций гидросиликатга айлантириш учун 5—10 % жуда актив гидравлик қўшимча қўшилади.

Клинкер таркибида кўп миқдорда C_3S ва C_4A бўлгани учун оқ цемент тез мустаҳкамлана боради, ҳамда кўпроқ киришиш хоссасига эга бўлади. Бу цемент 400 ва 500 маркаларда ишлаб чиқарилади.

Оқ портландцемент клинкерига гипс, диатомит (мармар ёки бўр) ва минерал пигментлар (сувда ва органик эритмаларда эримайдиган майда туйилган рангли кукунлар пигментлар деб аталади) бирга қўшиб тортиш йўли билан рангли цементлар олинади. Жумладан, қўшилмалар сифатида оҳра, темир, сурик, марганец рудаси, ультрамарин ва шу кабилар қўлиш мумкин. Оқ ва рангли цементлар сунъий мармар тайёрлашда ҳам ишлатилади.

Рангли цементлар яна қуйидаги йўл билан ҳам олинади. Бўёвчи оксидлар (хром, марганец, кобальт, никель, мис оксидлар) хомашё аралашмасига аралантириб яшил, ҳаво ранг, қора, жигарранг, сариқ ва бошқа турдаги рангдор клинкерлар олинади. Минерал структурасига турли оксидларнинг бирикиши туфайли олинган рангли клинкер тортилиб, ялтироқ, текис ва турғун рангга эга бўлган цемент олинади.

Пардозлаш материаллари ўзларининг табиати ва техникавий хоссаларига кўра конструктив бетонга яқин тур-

са ҳам йиғма уй-жой қурилишларидаги пардозлаш ишларини механизациялашга қулай имкон яратади. Улар бир хил типдаги технологик жараёнлар ва асбоб-ускуналарни ишлатиш ҳамда узок муддатта чидамли рангли конструкциялар олиш имконини беради. Шу жиҳатдан оқ ва рангли портландцементларни энг юқори унумли пардозлаш материалларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Чунки бу оддий портландцементнинг қўринишларидан бири бўлиб, оқ ва турли ранглари узида мужассамлаштирган ва юқори даражадаги мустаҳкамликка эга бўлган цементдир.

17-§. Махсус портландцементлар

1. Тампонаж портландцементлар

Ҳозирги кунда юзлаб ва минглаб нефть ҳамда газ қудуқлари қавланмоқда. Кўпинча бу қудуқларнинг чуқурлиги бир неча минг метрга етади. Қудуқни ўраб олган айланасимон бушлиқ деворларининг баъзи қисми сув қатлами ёки бўш ғовакли жинслар, ҳатто ғорлардан иборат бўлади. Бу эса нефть ва газ ишлаб чиқаришни қийинлаштиради. Чунки газ ва нефть шу ғовак ва ғор орқали катта масофаларга ёйилиб кетиши мумкин. Шунинг учун бу бушлиқ, яъни қувур орқаси билан қудуқ ички деворлари ўртаси сув ва газ ўтказмайдиган масса билан тўлдирилади, яъни тампонланади. Шунинг учун ҳар бир газ нефть қудуқларини разведка, эксплуатация ҳамда капитал таъмирлашда портландцемент турларидан бири тампонаж цементлари ишлатилади.

Бу қудуқларни цементлашдан мақсад сувли ёки бошқа нефть ва газ қатламларидан асосий маҳсулотни ажратиб олишдир. Мураккаб бургулаш жараёнида цементлаш ишлари жуда масъулиятли вазифадир. Сифатли ўтказилган цементлаш ишлари кўпинча қудуқлар эксплуатациясини яхшилайди.

Ҳисобланган чуқурликка туширилган ва тегишлича осиб қўйилган пулат қувурлар колоннаси орқали цементлашдан олдин қудуқларни ювиш учун суюқ лой аталаси юборилади. Қудуқ ювиб бўлингандан сўнг колоннага усти шиша пластинка билан қопланган, марказида тешиги бўлган пастки тиқин туширилади. Тиқин қувур деворларига зич тақалган ҳолда жойлашади.

Сўнгра колоннага туширилган тиқин устига эзлик билан цементловчи агрегатлар ёрдамида олдиндан ҳисобланган ҳажмда цемент қоришмаси юборилади ва эрга юқориги берк (тешиксиз) тиқин туширилади. Ўқоят, юқориги берк тиқин устига катта босим остида лойнинг суюқ аталаси юборилади. Натижада пастки ва юқориги тиқинлар орасида қолган суюқ цемент қоришмасидаста қараб ҳаракат қила бошлайди. Пастки тиқин обдиқали (мустаҳкамловчи қувур тизими) қувурларда олдинда ўрнатилган тиралиш ҳалқасига бориб етганда бир оз босим ортади ва пастки тиқин шишаси эзилиб синади ҳосил бўлган тешик орқали цемент қоришмаси забой в қувур орқасидаги ҳалқасимон бушлиққа ўтаётганда бургулашдан қолган лой навбатига сидирилиб сўрилиб бушлиққа ўтиб кетади.

Юқориги тиқин пастки тиқин устига тушганди суюқ лой аталасини бериш тўхтатилади, буни қудуқ олдинда ўрнатилган монометрдаги босимнинг кескин ортишида билса бўлади. Қувур орқасидаги бушлиққа ўтаётган цемент қоришмасининг кўтарилиши маълум тезлик (камида 1,5 м/с) билан қотиши керак. Бунинг аҳамияти катталир. Бу эса қудуқ деворларини лой пўстлогидан яхшилаб тозалаш ва чидамлироқ цемент ҳалқасини ҳосил қилишни таъминлади.

Цементлаш даврида цемент қоришмасининг ҳажми ва колоннага итариб юбориладиган суюқлик миқдори аниқ кузатилиб турилади. Цемент экзотермияси бу босимнинг ўсишига сабаб бўлади.

Цемент қоришмасининг қувур орқасидаги бушлиқда қанчалик кўтарилгани аниқлангач, цемент бутунлаш қотиб қолиши учун қудуқ тахминан 18, баъзан 48 соат давомида тинч қолдирилади. Қудуқ деворлари ва обсадка қувурининг ташқи диаметри ўртасидаги цемент қоришмаси билан тўлдирилган оралиқ тахминан 15—50 м га тенг. Цемент қоришмасининг белгиланган қотиш даври тугаши билан обсадка колоннасининг герметиклиги синалади. Бу ҳолда босимни ҳар 30 минутда 0,5 МПа гача камайитиришга рухсат берилади. Бу ишлар тугагандан сўнг ва цемент зарур мустаҳкамликка эга бўлгач маҳсулотларнинг нефть ва газ қатлами синади. Тешик очиш забойдаги цементтошни яна бургулаш сан уриб тушириш орқали амалга оширилади. Бу тешикдан қудуқ ичи-га нефть ёки газ отилиб чиқа бошлайди.

Кувур деворлари ва унга ёндашган цементтош порохли ёки торпеда перфоратор ёрдамида тешилади. Перфорация натижасида цементтошда тешик ҳосил бўлади, бу тешик орқали қоллонага нефть (ёки газ) қатлами босимидан паст босимда, қудуқдаги суюқлик юзаси пасайгандан сўнг нефть (ёки газ) кира бошлайди.

Қудуқлардаги тампонаж цементларнинг махсус шароитлардаги хизмати нимадан иборатлигини кўриб ўтамиз. Қудуқни кўриш ва унинг ҳолатини аниқ текшириб туриш бутунлай мумкин эмас. Нефть ва газ қудуқларининг чуқурлиги ортиб бориши билан уларда температура ва босим ҳам орта бошлайди. Бу эса албатта, цементтош жараёнига ва ҳосил бўладиган цементтошнинг сифатига таъсир кўрсатади. Сув, газ ва нефтьлар сиқилишининг ортиши ҳам қудуқлардаги босимни орттиришга ҳаракат қилади. Бу эса юқори температурала цемент қоришмасининг тишлашиш муддати ва цементтошнинг шаклланишига таъсир қилади.

Қудуқлардаги цементтошнинг қотиш шароити жуда мураккаб. Жинс қатламлари турли ғовак, ёриқ ва ковалликка эга.

Синаш вақтида ювадиган суюқлик устуни ҳосил қилган ортиқча гидростатик босим қатлам жинсларида табиий ёриқларни кўпайтириши ва қудуқларни цементлайдиган лойни, сўнгра цемент қоришмасини йўқолиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Қатламларнинг гидравлик узилиши деб аталадиган ҳолатлари ҳам бўлиб қатлам сувларининг юқоридан пастки бошқа сув горизонтларига оқиб ўтиши кузатилади. Кўпинча ғовакли қатлам жинсларининг сувни ютиб олиш хусусияти туфайли цемент қоришмасининг сувсизланиши содир бўлади.

Бир қанча конларнинг қатлам сувлари турли тузларнинг юқори концентрациясига эга. Мисол учун Ўзбекистон, Туркманистон ва Волга бўйи районлари конларининг қатлам сувларида хлоркальцийли, хлормагнийли, сульфат-натрийли, шунингдек, сульфатли тузлар учрайди. Бу тузлар айниқса юқори босим ва температура шароитида сезиларли даражада цементтошни емириши мумкин. Бунинг устига цемент ҳалқасининг сув ўтказувчанлигини ҳам назарга олиш керак. Газ қудуқларининг ишлаш шароитлари яна ҳам мураккаб, чунки цементлаш ишлари тугагандан

сўнг қатламдан қудуқ ичига қараб газ диффузияланиши, яъни газнинг отилиб чиқиши ва фонтанланиши мумкин. Кувур орқасидаги бўшлиққа итарилиб ва сўрилиб кираётган цемент қоришмасига лой аталаси аралашса бу ҳолат цементтошнинг қотишига салбий таъсир кўрсатади.

Қудуқдаги цементтош мустаҳкамлигига перфорация жараёни салбий таъсир кўрсатиб, унинг мустаҳкамлигини кўп факторларга ва айниқса, перфорация турига боғлиқ ҳолда камайтиради. Портландцемент қоришмаси ёрдамида нефть қатламларини сувли қатламлардан ажратиб туриш учун обсадка қувурларини мустаҳкамлаш бўйича биринчи тажрибалар 1907—1908 йилларда ўтказилган бўлиб, улар чуқур бўлмаган қудуқларда ижобий натижа берди. У вақтдаги портландцемент нисбатан секин тишланиш муддати, паст мустаҳкамлик ва дағал тўйилиши каби хоссалари билан характерланар эди. Шунинг учун цементтош керакли мустаҳкамликни тўплаб олгунча кутиш зарур бўлган. Шунинг учун цементнинг қотиш жараёнларини тезлатиш зарурати туғилади. Бунга эса цементни майдалаб тўйиш ҳисобига эришилар эди, чунки керакли кимёвий ва минералогик таркибли цементни ҳосил қилиш учун зарур маълумот берувчи боғловчи материаллар кимёси тўғрисидаги фан ҳали унчалик ривожланмаган эди. Кўп йиллик илмий-тадқиқот ишлари ва нефть конларини эксплуатация қилишда тўпланган тажрибалар сифатли цемент олиш зарур бўлган энг муҳим талабларни аниқлашга имкон берди. Улар, асосан қуйидагилардан иборат:

кувур қоллонасига цемент қоришмасини тезлик билан босим остида ҳайдаб киргизиш учун, у етарли даражада оқувчан бўлиши ва қувур орқасидаги бўшлиққа итарилиб ўтиши керак. Цементлаш ишларида қоришма ўз оқувчанлигини маълум вақтгача йўқотмай туриши лозим. Бунга сув ва цемент нисбатини 0,4—0,5 га тенглаштирганда эришилади. Қудуқ температурасига қараб цементнинг тишлашиш муддатлари ўзгартирилиб турлади.

Тампонаж цементлари биринчи икки сутка давомида керакли қотиш мустаҳкамлигига эришиши керак. Қисқа вақт ичида цемент қоришмаси эришган мустаҳкамлик қудуқ стволдаги колоннани маҳкам бириктириб, қайта бурғулаш ҳамда перфорация даврида ва сингдирувчан жинслардан барқарор равишда ҳимоя қилинишни таъминлаши

лозим. Санаб утилган барча талабларни қаноатлантириш учун цементтошнинг сиқилишга нисбатан мустаҳкамлигини қанчага тенг бўлиши кераклиги мураккаб масаладир. Мустаҳкамлик қиймати 2—3 га тенг захира коэффициентини билан бирга камида 3,5 МПа бўлиши керак деб тахмин қилинади.

Цемент қоришмасининг қовушқоқлиги жуда муҳим кўрсаткич бўлиб, цементнинг оқувчанлигини характерлайди. Бу кўрсаткич цементдан яхши оқувчан қоришма олишни ва маълум чуқурликдаги тегишли температура ва босимда қоришмани қувурга юборишга ҳамда қувур орқасидаги бушлиққа итариб киритишга имкон берадиган вақт ичида қўзғалувчан ва оқувчан бўлиб туришини таъминлаш керак. Қудуққа цемент қоришмаси юборилгач, қисқа вақт ичида, у тегишли мустаҳкамликка эришиш ва шу қудуқда уни узоқ вақт давомида сақлаб қолиш керак.

Цементтош агрессив қатлам сувларига нисбатан турфун бўлиши ва маҳсулдор нефть қатламларини қатлам сувларидан ҳамда кўп миқдордаги турли тузлар, кўпинча эса олтингургут водороди бор емирувчи суюқликларнинг обсадка колоннасига сингиб киришидан сақлашни таъминловчи, яъни сув сингдирмайдиган бўлиши керак. Дастлабки қотиш даврида цемент-тош етарлича пластик бўлиши керак. Чунки қудуқларни перфорация қилаётганда унда ёриқлар ҳосил бўлмаслиги ва шу билан бирга, юқори температура ва босим шароитида узоқ вақтга чидаши лозим.

Цемент қоришмасининг сув берувчанлигини, албатта эътиборга олиш керак. Чунки цемент қоришмасидан қудуқда учрайдиган шимувчан жинс қатламларининг сувни шимиб олиш хавфи бор. Бу эса сув-цемент нисбатини сезиларли даражада пасайтириб юборади, цементнинг қовушқоқлиги ва тишлашиш муддатларига таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, айниқса, газ қудуқларида цемент-тошнинг газ ўтказувчанлиги муҳим аҳамиятга эга.

Цементнинг турли шароитларда ишлатилиши унга қўйиладиган талабларнинг ҳаммасига тўла жавоб бера олмайди. Цемент саноатида, асосан икки хил тампонаж цемент ишлаб чиқарилади. Унинг бир тури «совуқ» қудуқларга, иккинчи тури эса «иссиқ» қудуқлар учун мўлжалланган. Булардан ташқари, бошқа махсус тампонаж цементлар ишлаб чиқариш усуллари ҳам ўзлаштирилмоқда.

«Совуқ» ва «иссиқ» қудуқлар учун мўлжалланган цементларга жуда жиддий талаблар қўйилади. Тампонаж цементлар ишлаб чиқаришда бир мунча қийинчиликлар бор. «Совуқ» қудуқлар учун мўлжалланган тампонаж цементларда C_3S ва C_2A минералларининг йиғиндиси 60 % га тенг, у портландцементни ўта майда туйиш (солиштира сирти 300—350 м²/кг га тенглашгунча) орқали олинади. Ундаги гипс миқдори 3 %, «иссиқ» қудуқлар учун мўлжалланган тампонаж цементнинг тишлашиш муддатини секинлатиш учун унга кам алюминатли портландцемент қўшилади. Бундай цемент тахминан 75°C иссиқликда ишлатилади.

Турли мураккаб шароитлардаги нефть ва газ қудуқларини бурғулашда бу стандарт цементлар цементлаш ишларини доимо сифатли олиб боришга имкон беравермайди. Бундай шароитдаги қудуқларни цементлаш учун ювувчи лой аталасининг солиштира оғирлигининг ортиқроқ бўлиши таъминланиши керак. Бошқа шароитларда эса аксинча, цемент қоришмасини жуда катта баландликка кўтариш учун унинг солиштира оғирлиги кам бўлиши лозим. Юқорида айтиб утилганидек тампонаж ишлари олиб борилаётган қудуқларнинг чуқурлигига қараб, унинг температураси ўзгариб боради: «совуқ қудуқ» деб аталувчи қудуқларда температура 40°C дан ошмайди. Чуқур қудуқларда (2500 м) тампонаж ишларини юқори температура (90°C гача) ва жуда ҳам чуқур (4500 метрдан ортиқ) қудуқларда 100°C дан ортиқ температурада олиб бориш керак. Бундай температурада олиб борилаётган тампонаж ишларида турли хил цементларни ишлатишга тўғри келади.

Ёриқ жинслардан ўтувчи қудуқлар учун толали (асбест қўшимчали), деворлардан газ чиқадиган қудуқлар учун кенгаювчи, чуқурлиги 5—7 км бўлган иссиқ қудуқлар учун тишлашиш муддатлари секинлаштирилган оғир ва енгил тампонаж цементлар ишлатилади.

Қудуқларда температуранинг яна ҳам кўтарилиши натижасида цемент таркибидаги минераллар сув билан реакцияга тез киришади ва унинг тишлашиш муддати қисқаради, цементнинг мутаҳкамлиги ортади.

Шундай махсус шароитларда цементларни ишлатиш учун махсус цементлар ишлаб чиқарилган, уларнинг

самарадорлиги тажрибада синалган, аммо улар махсус буюртма асосидагина кам миқдорда ишлаб чиқарилади.

Ҳозирги кунда турли чуқурликда бўлган газ ва нефть қудуқлари учун йилига бир неча юз минг тонна тампонаж цементи Қувасой цемент комбинатида ишлаб чиқарилмоқда.

Ўзбекистон Фанлар академиясининг академиги К. С. Аҳмедов ва техника фанлари доктори У. Д. Мамажонов раҳбарлигида оддий тампонаж цементларига турли тузлар ва уларнинг аралашмасини ҳамда юқори молекуляр полимерларни қўшиб Ўрта Осиёдаги жуда чуқур газ қудуқларида ишлатиш мумкинлиги асослаб берилди. Натижада цементлар хоссаси маълум даражада ўзгарди.

Махсус тампонаж цементлар турларини ҳар хил саноат чиқиндилари асосида кўпайтириш ва уларнинг қотиш назарияларини ривожлантириш ишлари Республикамининг мустақиллик йилларида яна ҳам ривожланмоқда.

2. Пуццолан портландцементлар

Актив минерал моддалар майда қилиб туйилган тоғ жинслари ёки саноат чиқиндиларидан иборат бўлиб, улар таркибида $\text{Ca}(\text{OH})_2$ бўлган моддалар билан бирга қўшиб аралаштирилса, сувда қотадиган бўлиб қолади. Бу қўшимчалар асосан актив шаклдаги, яъни оддий шароитда оҳак билан ўзаро таъсир этадиган қумтупроқ ва гилтупроқлардан таркиб топган. уларнинг ўзаро таъсир этишуви натижасида гидросиликатлар ва гидроалюминатлар, яъни сувга чидамли боғловчи моддалар ҳосил бўлади.

Цементга қўшилидиган табиий гидравлик моддалар таркибига вулқон қуллари, туфлар, трасслар, пемза, диатомитлар, трепел ва опокалар киради; сунъий қўшимчалар сифатида эса ёқилғи кули ва ёқилғи шлаки, домна печларидан чиққан донадор шлак, қуйдирилган гиль ва шу кабилар ишлатилади.


Кальций гидрат оксиди $\text{Ca}(\text{OH})_2$ портландцемент қотаётган вақтда ажралиб чиқади. Портландцементга гидравлик қўшимчалар аралаштирилганда эса қўшимчанинг турига қараб, пуццолан портландцемент ёки шлакли портландцемент ҳосил бўлади.

Портландцемент клинкерини табиий актив минерал моддалар билан бирга майдалаб туйиб ҳосил қилинган

гидравлик боғловчи моддалар пуццолан портландцемент деб аталади. Цементнинг хоссалари ва цементнинг сифатига қўйиладиган талабларга қараб қўшимчанинг миқдори белгиланади ва у одатда 20—40 % атрофида бўлади.

Шлакли портландцемент ишлаб чиқаришда цементга қўшилидиган актив минерал модда сифатида домна печларидан чиққан донадор шлак ишлатилади: цементга шлак 30—60% атрофида қўшилади.

Пуццолан портландцемент ва шлакли портландцемент қотган вақтда актив минерал моддалардаги қумтупроқ клинкердан ажралиб чиққан оҳак билан кимёвий реакцияга киришади натижада кальций гидросиликатнинг сувда қийин эрийдиган бирикмаси ҳосил бўлади:



Демак, актив минерал модда қўшилган портландцемент қотгандан сўнг унда эркин кальций гидрат оксид (оҳак) миқдори жуда камайиб кетади, шу туфайли портландцементнинг чучук ва минераллашган сувларга турғунлиги ортади.

Бу цементларнинг майдалиги ва тишлашиш муллоти портландцементникидан фарқ қилмайди, лекин уларнинг қотиш тезлиги портландцементли бетондан кам. Дастлабки кунларда бу цементларнинг қотиши секин боришига қарамасдан 28 кун ичида бетоннинг мустаҳкамлиги портландцементникига етади.

Буюмларга иссиқ буғ таъсир эттирилганда цементлар бетоннинг тез қотишини таъминлайди.

Пуццолан билан шлакли портландцемент таркибида эркин оҳак бўлмаганлиги сабабли уларнинг чучук сув таъсирига чидамлилиги юқоридир. Бундан ташқари, цементга қўшилган минерал моддалардаги қумтупроқ уч кальцийли алюминат билан реакцияга киришиб, уни икки кальцийли алюминатга айлантиради. $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ нинг миқдори камайтирилса, пуццолан портландцементнинг сульфатли сув таъсирига турғунлиги ортади, чунки бунда, цемент «бациллалари»нинг ҳосил бўлиш эҳтимоли камаяди. Бундай цементларнинг маҳаллий шароитга мос турлари ҳам ишлаб чиқарилган. Буларга глиеж ва глинит портландцементлар мисол бўлади.

Глиеж портландцемент — портландцемент клинкери ва глиежни майда туйиш билан ҳосил қилинади. Глиеж

портландцементда гидравлик қўшилма миқдори тайёр маҳсулот массасининг камида 30 % ини ташкил этиши лозим. Тишлашиш муддатларини керагича ўзгартириб туриш учун цементни туйиш жараёнида кўпи билан 3 % гача гипс қўшиш керак.

Глиез таркиби, асосан кремний оксид ва кам миқдордаги алюминий оксид (шунингдек, бошқа оксидлар)дан иборат. Кремний ва алюминий оксиднинг бир қисми аморф ҳолда бўлиб, оҳакка жуда ўчдир. Глиез оҳак билан ўзаро таъсир этганда кальций гидросиликатлар ҳосил бўлади. Улар сувда эрувчан оҳакни сувда амалда эримайдиган гидросиликатларга айлантиради. Натижада аралашма қотаётганда эркин оҳак ажралиб чиқарадиган боғловчи модда портландцементни сувга чидамли қилиб қўяди.

Бундай қўшилмаларни ишлатиш катта иқтисодий фойда ҳам бери. Портландцементнинг таннархи унинг энг муҳим ва қимматли ташкил этувчиси клинкер ўрнига қисман арзон табиий глиезлар ишлатиш ҳисобига арзонлашади.

Глиез унчалик мустаҳкам бўлмагач, осон майдаланиб кетадиган, ғовак материалдир. Бу заррачаларнинг сирти катта эканлигини кўрсатади. Қисман шу сабабли қўшилмалар юқори реакцияга киришиш хусусиятига эга. Глиезларнинг активлиги заррачалар ўлчамига, куйиш температурасига боғлиқ бўлиб, заррачалар йириклашган ва температура ортган сари уларнинг активлиги ҳам пасайиб боради. Мустаҳкамлик эса куйдириш температураси кўтарилиши билан ортади.

Глиез портландцемент ишлаб чиқариш технологияси хомаше ва ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этишга кўра, оддий портландцемент тайёрлаш технологиясига ўхшаш. Фақат клинкерни туйиш пайтида цементга қўшимча компонент-глиез солиниши билан фарқланади. Цементга қанча қўшимча солинаётгани аниқ текшириб борилади. Заовдларда бу мақсадда автоматик масса — улушлагичлар ишлатилади.

Глиезнинг таъсири клинкер минераллари гидратацияланаётганда ажралиб чиқадиган оҳакнинг ютилишига асосланган; шунинг учун неча фоиз глиез қўшиш кераклиги бевосита гидратация вақтида Ca(OH)_2 ажралиб чиқадиган клинкер минерали миқдorigа боғлиқ. Маълумки, уч каль-

цийли силикат, шундай минерал ҳисобланади ва демак, клинкерда уч кальцийли силикат миқдори қанчалик кўп бўлса, дастлабки қотиш даврида цемент мустаҳкамлигига зарар қилмаган ҳолда шунчалик кўп глиез қўшиш мумкин. Лаборатория синовларига кўра, тахминан ҳар 1 % уч кальцийли силикатга 0,5—0,75 % гидравлик қўшилма солиш мумкин. Шунга асосан, пушшолан портландцемент тайёрлаш учун уч кальцийли силикатга бой алитли клинкерлар ишлатиш мақсадга мувофиқ, деган ҳулосага келишиш мумкин. Аммо қўшилманинг йўл қўйилиши мумкин бўлган миқдорини ҳамма вақт клинкернинг минералогик таркибига қараб белгилаб бўлмайди. Чунки қўшилмаларнинг активлиги ҳар хил бўлади. Масалан, 1 г трепел ёки диатомит 150 мг гача CaO , пемза ёки глиез эса 50 мг CaO ютади. Оҳакни тўлиқ бириктириш учун активлиги паст қўшилмага нисбатан актив қўшилмадан кам талаб қилинади. Амалий маълумотларга кўра, активлиги 200 бўлган кремний оксидли чиқинди қўшилмасининг оптимал миқдори цемент массасидан 20—25 %, активлиги 150 бўлган трепел, опока, диатомит ва бошқаларники эса 25—30 % ва активлиги 50—60 қўшилмаларники 40—50 % бўлади.

Иқтисодий жиҳатдан эса қўшилма имкони борица кўп қўшилгани маъқул. Бироқ бу цемент мустаҳкамлигининг ўсиш тезлигига ва унинг сўнгги пилиқлик қиймати таъсир кўрсатади, чунки қўшилма миқдори ортиши билан цементнинг қотиш шароитлари ёмонлашади.

Глиез портландцемент чучук сув ва таркибида сульфат тузлари бўлган шўр сувларга чидамли. Оптимал миқдордаги (30 % атрофида) глиезни портландцемент таркибига уни туйишдан олдин қўшганда унинг мустаҳкамлиги камаймайди, зичлиги эса ортади. Глиез оддий портландцементнинг зичлигини ошириш ва «цемент бацилласи»нинг зарarli таъсирини камайтириш орқали чучук ва сульфатли шўр сувларга тургунлигини, ҳаво ва атмосфера таъсирига чидамлилигини оширади. Бироқ бу билан портландцемент клинкери ва глиез асосида сульфат тузли сувга чидамли цемент ишлаб чиқариш масаласи бутунлай ҳал қилинган эмас эди. Цементни сульфат тузли сувларга чидамлилигига эришиш учун портландцемент клинкерига 70 % гача глиез қўшиш керак. Бу цемент дастлабки қотиш тезлиги бўйича жуда суст бўлиб, кам мустаҳ-

камликка эга ва совуққа чидамсиз. Кўп йиллар давомида олиб борилган изланишлар натижасида портландцемент клинкерининг минералогик таркибини ўзгартириш йўли билан цементнинг сульфатли сувларга чидамлилиги оширилди. Глиежни ўзгартирилган минералогик таркибли, яъни кам алюминатли портландцементга қўшиш йўли билан сульфатли сувларга чидамли глиеж портландцемент олинди. Бу ерда шуни ҳам таъкидлаб ўтиш зарурки, Ўрта Осиё республикаларининг кўпгина ҳудудлари жуда шўраланган. Ер усти ва ер ости сувларида тузлар жуда кўп, оддий портландцементлар бунга чидаш бера олмайди. Ўрта Осиё республикаларида шундай шароитга чидамли янги цемент глиеж портландцемент ҳисобланмоқда.

Ўзбекистонда, Куvasой цемент комбинатида биринчи марта 1940 йил 30% қўшилмали, 1948 йилда эса Бекобод ва бошқа цемент комбинатларида сульфатли сувларга чидамли глиеж портландцемент ишлаб чиқарила бошланди. Бундай цементнинг ишлаб чиқарилиши натижасида цемент тежалди ва халқ ҳўжалигига фойда келтирилди. Бу цемент ер ости ҳамда улкан сув иншоотларини қуришда кенг ишлатилмоқда.

Ангрен ва Қизил Қия глиеж конлари сўнгги йилларда улкан хомашё базаларига айланган. Кўп йиллар давомида глиеж портландцементнинг хоссасини урганиш шуни кўрсатадики, унинг ишлаб чиқарилиши ва қурилишда ишлатилиши глиежнинг цементга қўшиладиган қимматбаҳо ва ишончли қўшилма эканлигини исботлади.

1968 йилнинг бошида Тўхтагул ГЭС иншоотини қуриш учун махсус цемент танлаш керак бўлди. Баландлиги 215 метр бўлган бу иншоот массив гравитациялидир. Бу иншоот учун 3,6 миллион куб метр бетон ишлатиш керак эди. Аввал қурилишда марказий районлардан (яъни Россиядан) келтирилган цемент ишлатишга қарор қилинган эди. Чунки бу қурилишга ишлатиладиган инерт тўлдиргич реакцияга киришадиган кремний оксидга бой, глиеж эса 4 % гача ишқорий моддаларга эга. Кремний оксид ва ишқорий моддаларнинг ўзаро бирикишидан ҳосил бўлган комплекс бирикмалар ҳажми олдинги икки модда ҳажмлари йиғиндисига нисбатан бир неча марта катта бўлиб, бетонда ички қучланишлар пайдо қилиб, уни ёриб юбориши

мумкин деб фараз қилинди. Шуларни назарда тутиб мутахассислар глиеж портландцементни бу иншоот учун ишлатиш хавфи деб қараб, бунга қаддара махсус цемент ишлатиш кераклигини таъкидлашар. И. С. Канципольский ташиббуси билан глиеж портландцемент узоқ вақтга чидаши, сульфатли сувларга турғунлиги ва глиеж таркибидаги ишқорларнинг инертлиги, яъни сув ва ҳамда оҳақда эримаслиги каби яхши хоссага эгалиги туфайли бу Тўхтагул иншооти қурилишида глиеж портландцемент ишлатилди. Сўнгра глиеж портландцемент уш техникавий шартлар ишлаб чиқилди. Шундан сўнг Тўхтагул ГЭСи қурилишига 1969 йилдан бошлаб Куvasой цемент заводи цемент етказиб бера бошлади. Тўхтагул сув омори учун тахминан 1 миллион тонна цемент керак эди. Шундай қурилиш учун Куvasой заводи 1,5 йил ишлаши керак. Махсус цементни Россиядан келтирмасдан, Куvasой заводида олиб боришнинг ўзи тахминий ҳисобларга кўра, бийр неча 10 млн сўм (1989 йилгача) маблаг тежади.

Шундай қилиб И. С. Канцпольский ўз ходимлари билан ҳамкорликда маҳалли глиежлардан портландцемент учун актив минерал қўшма сифатида фойдаланишни таклиф этиши мўҳим иқтисодий таҳияятга эга бўлди.

Портландцемент ишлаб чиқаришда фосфоташқоллар илгари ишлатилмас эди. Биринчи марта Чимкент фосфорли ўғитлар заводининг тошқорларини 1966 йилдан бошлаб цемент ишлаб чиқаришда 38—6166 номерли вақтинчалик техник шартларга биноан ишлатишга бошланди.

Фосфоташқолларни портландцементнинг қотишига таъсири қўшилма миқдор ва клинкернинг минералогик таркибига кўра ўрганилди. Физик-механик синовларга кўра, нормал солиштирма сирт цементга фосфоташқоллар қўшиш цементнинг сувга таъсирчанлигига таъсир кўрсатмайди, бироқ унинг тишлишиш муддатини секинлаштиради. Цементнинг солиштирма сиртнинг 340—380 м²/кг гача ошириш унинг тишлашиш муддатини бирмунча тезлаштиради. Фосфоташқоллар цементга қўшиш, унинг тишлашиш муддатини сусайтишни фосфоташқоллар таркибида фосфат кислота туари бдорлиги билан тушунтирилади.

Фосфоташқолли цементларнинг солиштирма сирти кўпайтирилганда ва намуналарга гидротермал ишлов берилганда уларнинг мустаҳкамлиги ортади. Бундай цементларнинг ҳавода қотиши қурилиш нормалари талабларига тўла жавоб беради. Аммо тошқоллар миқдори ортаганда унинг совуққа чидамлилиги камая бошлайди, фосфоташқолларни портландцементларга қўшиб цемент намуналарининг қиришишини камайтириш ҳам мумкин.

Цементларга 50 % гача фосфоташқоллар қўшиш цементнинг арматура билан тишлашишини бир неча марта орттиради.

Фосфоташқоллар домна тошқолларидан таркибида кам миқдорда гилтупроқ борлиги билан фарқланиб, портландцементга қўшилган фосфоташқол миқдориға пропорционал миқдорда унинг сульфатли сувларга чидамлиги ҳам ортади. Синовлар портландцемент таркибида фосфоташқоллар миқдори 10—60 % бўлишини маъқул деб ҳисоблади. Одатдаги сульфатли сувларга чидамсиз портландцемент ҳам 15 % фосфоташқол иштирокида сульфатли сувлар таъсирига бардош бера олади.

60-йилларда профессор И. Тошпулатов раҳбарлигида янги цемент — *глинит портландцемент* иштиро қилинди. Бу цемент Ўзбекистонда кенг тарқалган маҳаллий хомашё каолинитли тупроқ (гилвата)ни 700—800°C да қиздириб, одатдаги портландцемент клинкерига қўшилади, сўнгра майдалаб тўйиб тайёрланади.

Оқ рангдаги гилсимон жинслар каолин деб аталади. Бу жинслар асосан каолинит группасига қирадиган минераллардан таркиб топган. Глинит портландцементнинг сульфатли сувларга чидамлик даражаси унинг таркибига қўшилган, қиздирилган каолинитли тупроқ миқдориға боғлиқ. Бошқача айтганда, глинит портландцементга қиздирилган каолинитли тупроқ кўп қўшилса, у мустаҳкам бўлади. Аксинча кам қўшилса мустаҳкамлиги пасаяди.

Глинит портландцемент трепел, опока, диатомит ва бошқа тоғ жинслари қўшиб тайёрланадиган пуццолан портландцементларга нисбатан устуң туради. Бу цементнинг энг яхши хоссаларидан бири шуки, у иссиқ қуруқ ҳавода ҳам, совуқ ҳавода ҳам бирдай мустаҳкам бўлади, музлаш натижасида емирилмайди. Бу цементни ишлаб чиқариш иқтисодий жиҳатдан самарали эмас деб ҳисоблайдилар, чунки каолин тупроғини куйдиришга кўп миқдорда ёқилғи сарф бўлиши ҳисоблаб чиқилган.

Портландцемент клинкери билан донадор домна шлагини бирга туйишдан, ҳосил бўлган боғловчи материал *шлакли портландцемент* деб аталади. Цементдаги шлак миқдори 30—60 % дан ошмаслиги керак.

Шлакка қуйидаги техникавий шартлар қўйилади: домна шлаклари асосида кўпинча шлакли портландцемент, сульфатлашган, оҳакли шлакли цемент каби боғловчилар тайёрланади. Шлакли цемент ишлаб чиқаришда айниқса тез совиган домна шлаги катта аҳамиятга эга. Шлаklar нам ва яримқуруқ усулларда яхшилаб туйилади.

Шлакли портландцемент қуйидаги маркаларда ишлаб чиқарилади: 200, 300, 400 ва 500. Шлакли портландцементнинг ўзига хос хусусиятларидан бири унда тишлашиш ва қотиш жараёнининг секинлигидир.

Тишлашиш 45 минутдан сўнг бошланади ва 12 соатгача давом этади. Майдалик даражаси портландцементникига тенг. Шлакли портландцемент бетон ва темир-бетон конструкциялар тайёрлашда, сўнғий тошлар, қоришмалар тайёрлашда, сувоқчиликда кенг ишлатилади.

Сульфат шлакли цементлар — 35—70 % гача донадор домна шлаги билан гипсни туйиш жараёнида портландцемент ёки оҳак қўшиб олинадиган боғловчи молладир. Сульфат шлакли цемент 150, 200, 250, 300 маркаларда чиқарилади.

Оҳак шлакли цементлар донадор домна шлаги билан 25 % оҳакни туйиб, сўнмаган аралашмага гипс қўшиб олинган боғловчидир.

3. Сульфоминерал цементлар

Белит цемент. Кўп йиллар давомида олиб борилган изланишлар натижасида Т. А. Рагозина тезкор ишларда қўлланаётган, индустриал усуллар талабига жавоб бера оладиган, тез қотадиган, юқори мустаҳкамликка эга бўлган оқ ва манзарали цементлар олиш усулини ишлаб чиқди. Бундай цемент Оҳангарон каолини, оҳактоши ва гипсдан 1200—1300°C да куйдириш йўли билан олинди. Цементни куйдириш температураси одатдаги портландцементни куйдириш температурасига нисбатан 200—250°C паст. Бу эса ўз навбатида пишириш хумдонларининг унумдорлигини

оширади, ёқилғи сарфини тежайди ва ўтга чидамли материаллардан ясалган хумдонларнинг ишлаш муддатини кўпайтиради.

Асосий хомашёнинг таркибий қисми сифатида CaSO_4 га эга бўлган гидравлик цемент олиш масаласи цемент технологияси ва кимёсида янгилик бўлиб, унинг илмий ва амалий аҳамияти каттадир.

Бундай цементларни қуйдиришда ҳосил бўладиган сульфоминералларнинг хусусиятлари ва ҳосил бўлиш шароитлари тадқиқ қилинган. Бундан ташқари, лаборатория ҳамда ишлаб чиқариш шароитларида сульфосиликат ва сульфоалюминат — силикат цементларини қуйдириш технологияси аниқланди. Кўпгина тадқиқотчилар сульфоалюминат $3(\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3) \cdot \text{CaSO}_4$ ва сульфосиликат $2(\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2) \cdot \text{CaSO}_4$ нинг ҳосил бўлиши, шунингдек, уларнинг асосий оптик ҳамда рентгенографик хусусиятларини аниқлаб бердилар.

Шу муносабат билан минерал фосфорли ўғитлар ишлаб чиқарадиган кимё заводларида кўп миқдорда йиғилиб ётадиган чиқинди-фосфогипсдан иқтисодий жиҳатдан самарали фойдаланиш катта амалий аҳамият касб этди.

Физик-кимёвий тадқиқотлардан маълум бўлишича, сульфоминераллардан иборат цементларнинг юқори даражадаги гидравлик хусусиятга ва мустаҳкамликка эга бўлишининг асосий сабаби уларда кристаллогидратлар янги шакллариининг ҳосил бўлишидир (Т. А. Отақўзиев раҳбарлигида аниқланган).

Сульфоминералларнинг агрессив муҳитда қотиш жараёни. Айрим минералларнинг тузлар таъсирига бардошлилиги шу минералларнинг 3 % ли MgSO_4 ва 5 % ли Na_2SO_4 эритмаларида қотиш жараёнини кузатиш давомида ўрганилади.

Сульфоалюминат намуналари мазкур эритмаларда жуда тез емирилади, чуқур ёриқлар пайдо бўлади ва унинг юзаси майдаланади. Сульфосиликат намуналарнинг, шунингдек 20 % сульфоалюминатли сульфосиликат цемент намуналарининг MgSO_4 ҳамда Na_2SO_4 эритмаларида тузлар таъсирига юқори даражада чидамлилиги аниқланган. Олти ой мобайнида уларнинг чидамлилиқ коэффициентини 1, баъзилариники эса 2 дан юқори, яъни сувда қотаётганга нисбатан мустаҳкамлиги 1—2 марта кўп.

Автоклав ишлови бериш сульфоалюминат намуналарининг коррозиясини йўқота олмайди. MgSO_4 нинг 3 % ли ва Na_2SO_4 нинг 5 % ли эритмалари таъсирида цемент намуналари улардан жуда кўп миқдорда эттрингит ҳосил бўлиш туфайли емирилади.

Паст температурали манзарали боғловчи материал олиш. Ҳозирги вақтда оқ портландцемент асосий манзарали гидравлик боғловчи материал ҳисобланади. Бу портландцементнинг хомашё аралашмасида темир оксидлари деярли учрамаслиги сабабли, уни 1500—1600°C да қуйдириш анча қийин, бу ҳол ишлаб чиқариш технологиясини мураккаблаштириб юборади. Шунинг учун ишлаб чиқарилаётган бундай цемент миқдори қурилиш талабини қондира олмайди. Асосан сульфоминераллардан ташкил топган оқ цементни паст температурада олиш учун каолин, оҳактош ва фосфогипс хомашё аралашмалари қуйдирилади. Аралашма $3\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaSO}_4$ ва $2(2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2) \cdot \text{CaSO}_4$ ҳамда бирмунча ортикча ангидриди бўлган цементни олишга мўлжаллаб тайёрланади.

Ушбу хомашё аралашмасини 1200—1250°C да қуйдириб, очик ҳавода тез совитилса очик рангли клинкер ҳосил бўлиб осон кукунланади.

Ушбу цемент оқ портландцемент ишлаб чиқарадиган Ангрен заводида синаб қурилди. Бунда заводда ишлатилаётган каолин гили 14 %, оҳактош 42% ва фосфогипс 44 % хомашё материали сифатида ишлатилди. Аралашма кальций сульфосиликат, сульфоалюминат ва ортикча миқдордаги CaSO_4 бирмунча миқдорда C_4AF ҳосил бўлишини кўзда тутиб тайёрланган.


Синов ўтказилаётган вақтда материални қуйдириш температураси 250°C га камайиб, 1250°C га тенглашди. Печнинг озиқланиши анча ортганига қарамай хомашё аралашмаси меъёрида ва оҳакнинг тулиқ боғланиши асосида кечади.

Ҳосил бўлган цементнинг маркаси 400, 500 ва 600 га тенг бўлди. Унинг оқлик даражаси 76—81 %. Цемент ранги ўзгармай қотади ва қиммат гидравлик қўшимчалар қўшилмайди.

Ўтказилган тадқиқотлардан олинган ижобий натижалар турлича миқдорда $3\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaSO}_4$ бўлган сульфоалюминат силикат цементни қурилиш материаллари саноатида ишлаб чиқариш учун тавсия этиш имконини берди.

Оҳактош ва гилтупроққа бой бўлган тоғ жинсларидан иборат хомашё аралашмаси эригунча ёки қисман эриб пишиб ҳосил бўлган клинкер яхшилаб туйиб олинса тез қотувчан ва жуда пишиқ гидравлик боғловчи гилтупроқли ёки алюминатли цемент ҳосил бўлади. Гилтупроқли цементни тайёрлаш учун хомашё сифатида асосан чуқинди тоғ жинсларидан бокситлар ишлатилади. Бокситлар қизил бўлиб, асосан гилтупроқ гидрати ва темир гидроксид аралашмасидан иборат. Боксит конлари жуда кам бўлгани учун гилтупроқ цементни ишлаб чиқаришда гилтупроққа бой бўлган саноат чиқиндилари ҳам ишлатилади.

Гилтупроқли цемент таркибида 40 % атрофида гилтупроқ (Al_2O_3), 45 % гача кальций оксид (CaO) ва 5—10 % кремний (SiO_2) бор. Гилтупроқли цемент қотиш жараёнида сув билан тез реакцияга киришиб тез тишлашувчан, қотиш хусусиятига эга бўлган икки кальцийли гидроалюминат минералини ҳосил қилади:



Қотган цемент таркибида эркин ҳолдаги кальций гидроксид билан уч кальцийли гидроалюминат бўлмагани туфайли гилтупроқли цемент юмшоқ ва ер ости «агрессив» (емирувчи) сувлари таъсирига чидамлидир.

Гилтупроқли цементнинг портландцементдан фарқи шундаки, у қотиш жараёнида кўп сув талаб этади, шу сабабли бетон қоришмалари учун сув цемент нисбати 0,5—0,6 дан кўп олинади. Гилтупроқли цемент тишлашиш ва қотиш жараёнида узидан кўп иссиқлик ажратади. Шунинг учун ҳам агар бетонлаш ишлари юқори температурада олиб борилса, уни совитиб туриш керак бўлади. Гилтупроқли цемент иншоотларнинг йўл ва кўприклар қурилишини тезлик билан фойдаланишга топшириш зарур бўлган ҳолатларда катта аҳамиятга эга. Гилтупроқли цементдан тайёрланган буюмларни буг таъсирига учратиш ёки портландцемент билан аралаштириш мумкин эмас. Гилтупроқли цемент қоришмаси тез мустаҳкамланиб боради. Унинг бу хусусиятидан шошилиб бажарилган ишларнинг оқибати ни йўқотишда фойдаланилади.

Саноатда икки турдаги кенгаювчи цемент ишлаб чиқарилади: сув ўтказмайдиган кенгаювчан цемент ва гипс-гилтупроқли кенгаювчан цемент. Бу цементларнинг қотиш пайтида кенгайишга сабаб таркибида ҳажми ортадиган кальций гидросульфалюминат, яъни «цемент бацилласи»нинг ҳосил бўлишидир (бу ҳолатда «бацилла» ижобий самара беради).

Конструкция ёки буюмларнинг емирилган қисмлари, дарз ва ёриқларини тузатишда кенгайдиган цемент ишлатилади. Бу цемент проф. В. В. Михайлов (Россия) томонидан 1942 йилда ихтиро қилинган. Унинг тишлашиш даври 1—4 минут, қотиш даври 5—10 соат. Бундай цемент тишлашиш жараёнида киришиш ўрнига кенгайди. Унинг сувда қизикли кенгайиши 0,1 %, куруқликда кенгайиши эса 3 %.

Гилтупроқли цемент асосида кенгайдиган боғловчи материалларнинг бошқа тури ҳам тайёрланади. Бу П. П. Будников, Б. Б. Скрамтаев ва И. В. Кравченколар (Россия) тавсия этган гипс тошқол — гилтупроқли цементдир. Бундай цемент гилтупроқли цемент (45 %), майдаланган домна тошқоли (25 %) ва икки сувли гипс (30 %) аралашмасидан тайёрланади. Мазкур боғловчи материал ўз хусусиятига кўра, гипс-гилтупроқли цементга яқин туради.

Портландцемент ва гилтупроқли цементдан В. В. Михайлов ва унинг шогирдлари тарангланувчи цемент деб аталадиган цемент яратдилар. Бу цемент фақат кенгайиш ҳажми билан эмас, балки кенгайиш энергиясининг катталиги билан ҳам ажралиб туради.

Тарангланувчи цемент 14:16:70 дан 16:20:64 гача масса нисбатларида олинган икки сувли гипс, гилтупроғи юқори даражада бўлган клинкер ёки тошқол ва портландцемент клинкери аралашмасининг солиштирма сирти 45 м²/кг қадар туйиб тайёрланади.

Тарангланувчи цемент 2—5 минутда тишлашади. 20 мм қалинликда қотган цемент намуналарида 2 МПа гидростатик босим таъсирида ҳам филтрланиш содир бўлмаган. Бу боғловчи материалнинг кенгайиш энергияси катта; 1:1 нисбатдаги боғловчи модда намуналари қотганида кенгайиш энергияси 3—4 МПа ни ташкил этади. Бундай

цементдан тарангланувчи энергияга эга бўлган арматурали темир-бетон буюмлар тайёрланади, кенгайиш пайтида қотаётган цементнинг энергияси ортади. Бунда арматуралаш даражасига (0,15—1,5 %) боғлиқ равишда пулатнинг таранглиги 300—1400 МПа гача етиши мумкин. Шунинг билан таъкидлаш керакки, қоришма кенгайганда арматура икки ёки уч ўқли йуналишга эга бўлиши мумкин, бунга оддий тўғри чизикли усулда эришиб бўлмайди. Бундай цементдан тайёрланган буюм қуририлганда, қоришма тахминан 0,2 % киришганда таранглик 20—25 % камайиши мумкин.

Махсус хоссали аралаш боғловчи моддалар. Сунги вақтларда соф боғловчи моддаларни бир-бири билан ва баъзи қўшилмалар билан аралаштириб олинadиган боғловчи моддалар тобора кенг аҳамият касб этмоқда. Бу ҳар бир таркибий қисмга хос хусусиятли маҳсулот бериш имконини беради. Хусусан, муайян боғловчи моддаларни аралаштириш йўли билан кенгаювчи ва киришмайдиган, *кўп компоненти цементлар* деб аталувчи боғловчи моддалар олиш мумкин.

Кенгаювчи портландцемент олиш усули И. В. Кравченко томонидан 1956 йилда ишлаб чиқилган. Бундай цемент портландцемент клинкери ва гилтупроги кўп бўлган тошқол, икки молекула сувли гипс ва гидравлик қўшилмани туйиб ҳосил қилинади. Шунингдек, А. В. Волженский (Россия) 1956 йилда тавсия этган гипс-цементли пуццолан ва гипс-тошқолли-цементли пуццолан боғловчи материаллар — қурилиш гипси ёки ўта мустаҳкам гипснинг портландцемент ёхуд шлак-портландцемент ва пуццолан қўшилмасининг аралашмасидан иборатдир. Бундай боғловчи материаллар таркибида ярим молекула сувли гипс борлиги туфайли мустаҳкамликнинг кескин ортиши ва гидравлик цементларга ўхшаб нам шароитларда қотиш хусусияти билан аҳамиятлидир.



1956 йилдан бошлаб гипс-цемент-пуццолан боғловчи материаллари собиқ СССР ҳудуди қурилишларида, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам муваффақиятли ишлатилиб келинмоқда. Гипс-цемент-пуццолан боғловчи материалларилан тайёрланган маҳсулотлар кам қаватли тураржой бинолари ва қишлоқ хўжалик аҳамиятига эга бўлган бинолар қуришда ҳам фойдаланилади.

6. Кислотага чидамли цемент

Кислотага чидамли цемент кремний фторли натрий (Na_2SiF_6) ва кварц кумми биргаликда жуда майдалаб туйиб олинади. Цементни қотириш учун сув эмас, балки эрувчан шиша ишлатилади.

Кислотага чидамли цемент кварцли, маршалитли, диабазли ва андезитли турларга бўлинади. Эрувчан шиша-натрий силикат ($\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$) ёки калий силикат ($\text{K}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$) дан ташкил топган ва ҳавода қотадиган боғловчи эрувчан шиша махсус ҳумдонларда сода аралашган тоза кварц кумини натрий сульфат ёки поташ (K_2CO_3) билан қориштириб, 1300—1400°C да пишириб олинади.

Моддалар юқори температурада эриганда ўзаро қуйидагича реакцияга киришади:




Тезда совутилгач шиша бутқаси ($\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$ ва $\text{K}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$) тошлашиб, ёрилиб майдаланади, сўнг «силикат булак»лари ҳосил бўлади. Суюқ ҳолатга келтириш учун «силикат булак»ларини майдалаб автоклавга солинади ва босим 0,4—0,8 МПа га етказилади. Натижада боғловчи материал — силикатнинг коллоид эритма ҳосил бўлади. Эрувчан шишанинг хусусияти унинг модули билан ифодаланади. Шиша таркибидаги қумтупроқ миқдорининг ундаги натрий оксидга (ёки калий оксидга) нисбати *модуль (М)* деб аталади:

$$M = \frac{\text{SiO}_2}{\text{Na}_2\text{O}}$$

Модуль М нинг миқдори катта бўлса, шишанинг эриш хусусияти ва чидамлилиги камайд. Эрувчан шиша уч модулга эга: катта модулли шиша $M = 3,5—3,9$, ўртача $M = 3,0—3,5$ ва кичик модулли $M = 2,0—2,8$.

Суюқ шиша қуруқликда аста-секин қуриб, ундан карбонат ангидрид газини таъсирида қумтупроқ аморф ҳолда ажралиб чиқади:



Қотиш жараёнини тезлатиш учун суюқ шишани иситиб, унга кремний-фторли натрий (Na_2SiF_6) дан 12—15 %

(суёқ шиша массасига нисбатан олинганда) қушилади. Эриган шиша чинни идиш ва тунука бочкаларда сақланади. Уни ёзда иссиқдан, қишда эса музлашдан сақлаш керак. Кислотага чидамли бетон қоришмаси суёқ шиша обдан туйилган кремний-фторли натрий (Na_2SiF_6), кислотга чидамли кукун, кум ва йирик тўлдиргичларни қориштириб тайёрланади.

Кислотага чидамли бетон таркиби тажриба йўли билан аниқланади. Бунинг учун бетон қоришмасига зарур миқдорда суёқ шиша қушилади.

Кислотага чидамли бетоннинг нормал қотишиш учун илиқ ёки қуруқ шароит яратиш лозим.

Кислотага чидамли цементлар қоришмалар, эмаска (суркама)лар тайёрлашда, кимёвий ускуналарни қоплашда, девор, полларни буюшда, кислотага чидамли гишталарни теришда ва бетон тайёрлашда кенг қўлланилади.

III боб

КАМЁБ МЕТАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ

Камёб металллар ҳақида тушунча

XX асрнинг бошларига келиб, саноат миқёсида, кимёвий элементларни ишлатиш катта аҳамият касб эта бошлади. Бундай элементлар «камёб элементлар», кейинчалик эса «камёб металллар» деб атала бошланди.

Д. И. Менделеев тузган кимёвий элементларнинг даврий системаси ҳамма группасида «камёб» группа металлари жойлашган. Бу хил металллар физик-кимёвий хоссалари билан бошқа элементлардан катта фарқ қиладилар.

Ўзининг бир қатор саноат миқёсидаги қўлланилиш сабабларига кура, камёб металллар группасига киритилган. Чунки камёб металлларнинг ишлатилиши уларнинг топилишига ҳам боғлиқ бўлиб, улар асосан XVIII асрнинг охирилари ва XIX асрнинг бошларига тўғри келади.

Камёб металллар Ер қобиғида кам учраши ва тарқоқ ҳолда бўлиши, ҳамда уларни саноат миқёсида ажратиб олиш жараёни мураккабдир. Шундай қилиб, камёб металлларни асосан амалда ишлатиш ва уларнинг технологиясини яратиш XIX ва XX асрларга тўғри келади. Бунинг В. И. Вернадский ва А. Е. Ферсманлар томонидан тузилган жадвалда қўриш мумкин (18-жадвал).

«Камёб металллар» табиатда кам учрайдиган ёки техникада бутунлай ишлатилмаган металллардир. Ҳозирги вақтда камёб металллар замонавий техниканинг асосий қисмини ташкил этади. Айрим саноат ишлаб чиқариш турларини камёб металлларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. 19-жадвалда саноат миқёсида ишлаб чиқариладиган 70 хил металлнинг 41 хили камёб металллар группасини ташкил қилади.

«Камёб металллар» табиатда кам тарқалган. Бунинг ҳозирги вақтда Ер қобиғида жойлашган элементларни миқдо-

рий анализ қилиш орқали билиш мумкин. Уларнинг миқдорий фоизи америкалик олим Кларк томонидан аниқланган.

Академик А. Е. Ферсман элементларнинг ўртача миқдорини «КЛАРК» билан аниқлашни таклиф қилган. 20-жадвалда элементларнинг миқдорий фоизлари кларкда келтирилган. Шунга асосан элементлар ўнликларда берилган бўлиб, биринчи ўнликда элементларни 10 дан юқори бўлганлари, иккинчи ўнликда 10 дан 1 гача, учинчи ўнликда 1 дан 0,1 гача ва ҳоказо. Демак, бу элементларни Ер

18-жадвал

Кимёвий элементларнинг ишлатилиши (фақат соф элементларни эмас, балки уларнинг кимёвий бирикмаларини ҳам ишлатиш назарда тутилган)

Даврлар	Элементлар	Элементларнинг умумий миқдори
Аввалги асрларда	N, Al, Fe, Au, K, Ca, O, Si, Cu, Na, Sn, Hg, S Pb, Ag, C, Cl, Zn, Sb	19
XVIII асргача	Булардан ташқари: As, Mg, Bi, Co, B, Ni, P	26
XVIII асрда	Булардан ташқари: H, Pt, Ir, I	30
XIX асрда	Булардан ташқари: Ba, Br, V, W, Cd, Mn, Mo Os, Pd, Ra, Sr, Ta, F, Th, U, Cr, Zr ва лантаноидлар (15 та элементи)	62
XX аср 1915 йил	Булардан ташқари: Ne, Li, He, Ti, As, Ru, Rh	69
XX асрнинг 1932 йилигача	Булардан ташқари: Be, Ar, Ga, Se, Rb, V, In, Te, Nb, Nf, Re, Pt, Cs	82
1957 йилигача	Ge, Po, Se	

Изоҳ: Остига чизилган элементлар ишлатилиб келинган; камёб металллар эса тўртбурчак ичига жойлаштирилган.

19-жадвал

Металлургия саноатида ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилган металллар (камёб металллар чизиқчалар билан ажратилган)

Даврий системанинг группалари	Элементларнинг белгиланиши	Умумий миқдори	Камёб металллар сони
I	Li, Na, K, Rb, Cs, Cu, Ag, Au	8	3
II	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd, Hg	9	2
III	Al, Sc, Y, La, Ga, In, Tl	7	6
IV	Ti, Zr, Hf, Ge, Sn, Pb	6	4
V	V, Nb, Ta, As, Sb, Bi	6	3
VI	Cr, Mo, W, Se, Te, Po	6	5
VII	Mn, Re	2	1
VIII	Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt	9	-
Лантаноидлар	58(Ce) дан 71(Lu)	14	14
Актиноидлар	Th, U, Pu	3	3
	Жами	70	41

қобиғидаги миқдори турлича эканлигини кўрсатади. Энг кўп тарқалган 9 та элементнинг миқдори 98,13% ни ташкил қилган ҳолда, қолган ҳамма элементларни миқдори 1,87% ни ташкил қилади.

Жадвалдан шунинг ҳам аниқлаш мумкинки, ҳамма камёб металллар Ер қобиғида жуда кам эканлигини кўрсатади. Камёб металлларнинг айримлари эса Ер қобиғида тарқоқ ҳолда жойлашгани учун, улар жуда кам бўлиб, асосан бошқа металлларнинг минераллари билан бирга учрайди. Масалан, галлий, қалай, мишъяк ва симобга нисбатан кўп бўлгани билан галлийнинг айрим минераллари фақат бошқа минераллар билан биргаликда учрайди.

Шундай қилиб, Ер қобиғида элементларнинг жойлашиши камёб металллар группаланишининг асосий белгиларидан бири бўлса, уларни ишлаб чиқариш ва саноатда қўлланилиши «камёб металллар» нинг асосий маъносини ташкил қилади.

Ер қобиғидаги элементларнинг ўртача кимёвий оғирлиги

	Микдори оралиғи. %	Кимёвий элементлар ва уларнинг микдори, (оғир) %									
I	10-50	O 47,2	Si 27,6								
II	1-10	Al 8,80	Fe 5,10	Ca 3,60	Na 2,64	K 2,60	Mg 2,10				
III	1-10 ⁻¹	Ti 0,60	H (0,15)	C 0,10							
IV	10 ⁻¹ -10 ⁻²	Mn 0,09	P 0,08	S 0,05	Ba 0,05	Cl 0,045	Sr 0,04	Rb 0,031	F 0,027		
		Zr 0,020	Cr 0,02	V 0,015	Cu 0,01	N 0,01					
V	10 ⁻² -10 ⁻¹	Ni 8·10 ⁻³	Li 6,5·10 ⁻³	Zn 5·10 ⁻³	Ce 4,5·10 ⁻³	Sn 4·10 ⁻³	Co 3·10 ⁻³				
		Y 2,8·10 ⁻³	Nd 2,5·10 ⁻³	La 1,8·10 ⁻³	Pb 1,6·10 ⁻³	Ga 1,5·10 ⁻³					
		Nb 1·10 ⁻³	Gd 1·10 ⁻³								
VI	10 ⁻³ -10 ⁻⁴	Th 8·10 ⁻³	Cs 7·10 ⁻⁴	Pr 7·10 ⁻⁴	Sm 7·10 ⁻⁴	Ge 7·10 ⁻⁴	Be 6·10 ⁻⁴				
		Sc 6·10 ⁻⁴	As 5·10 ⁻⁴	Dy 4,5·10 ⁻⁴	Er 4·10 ⁻⁴	Yb 3·10 ⁻⁴	U 3·10 ⁻⁴				
		Tl 3·10 ⁻⁴	Mo 3·10 ⁻⁴	Hf 3,2·10 ⁻⁴	B 3·10 ⁻⁴	Br 1,6·10 ⁻⁴	Ho 1,3·10 ⁻⁴				
		Eu 1,2·10 ⁻⁴	W 1·10 ⁻⁴	Lu 1·10 ⁻⁴							
VII	10 ⁻⁴ -10 ⁻⁵	Tu 8·10 ⁻⁵	Se 6·10 ⁻⁵	Cd (5·10 ⁻⁵)	Sb (4·10 ⁻⁵)	I (3·10 ⁻⁵)	Bi (2·10 ⁻⁵)				
		Ag (1·10 ⁻⁵)	In (1·10 ⁻⁵)								
VIII	10 ⁻⁵ -10 ⁻⁶	Hg 7·10 ⁻⁶	Os 5·10 ⁻⁶	Pd 1·10 ⁻⁶	Te (1·10 ⁻⁶)						
IX	10 ⁻⁶ -10 ⁻⁷	Ru (5·10 ⁻⁷)	Pt 5·10 ⁻⁷	Au 5·10 ⁻⁷	Rh 1·10 ⁻⁷	Re 1·10 ⁻⁷	Ir 1·10 ⁻⁷				
X	10 ⁻⁸ кам булганлар	Ac (6·10 ⁻¹⁰)	Ra 1·10 ⁻¹⁰	Pa 1·10 ⁻¹⁰	Po (2·10 ⁻¹⁰)	Pu 1·10 ⁻¹⁰	Rn (7·10 ⁻¹⁰)				

18-§. Камёб металллар классификацияси

Камёб металллар физик-кимёвий хоссаларининг бири-бирига яқинлиги, уларни хомашёлардан ажратиш олиш, ҳамда ишлаб чиқариш усулларининг ухшашлиги ва бошқа турли хусусиятлари билан бешта гурӯҳга бўлинади.

1. **Енгил камёб металллар.** Уларга литий, рубидий, цезий, бериллий элементлари киради. Енгил камёб металллар зичликларининг кичиклиги (литий — 0,5; бериллий — 1,85; рубидий — 1,55; цезий — 1,87) билан ҳамда кимёвий активлиги билан ажралиб туради. Шунинг учун уларнинг кимёвий бирикмалари (оксидлари, хлоридлари) мустаҳкам бўлиб, уларни металл ҳолига қайтариш мураккаб жараён ҳисобланади. Бу металлларни олишда уларнинг тузлари суюқланмаси электролиз ёки металлотермик усул билан олинади.

2. **Қийин эрийдиган камёб металллар.** Уларга титан, цирконий, гафний, ваннадий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам ва бошқа элементлар киради. Бу элементлар даврий системанинг 4-, 5- ва 6-группасида жойлашган бўлиб, бир элементдан қўшни қаватдаги элементга ўтганда, уларни ички d-электронлари қайта тақсимланиши хусусиятига эга. Шунинг учун металллар атом тузилишининг бу хусусиятлари уларнинг физик ва кимёвий хоссаларининг ўзгаришига олиб келади. Улар бир-биридан ўзларининг қаттиқлиги (масалан, титан — 1680°C да, вольфрам — 3400°C да суюқланади) ҳамда коррозияга чидамлилиги билан фарқ қилади. Кимёвий хоссалари билан эса бу металллар ўзларининг ўзгарувчан валентликлари билан фарқланадилар. Ҳама қийин эрийдиган металллар юқори температурада суюқланадиган ва металлэмаслар билан кимёвий барқарор бирикмалар (карбидлар, нитридлар, бориридлар, силицидлар) ҳосил қилади. Бу моддалар катта амалий аҳамиятга эгадир. Шунинг учун қийин суюқланувчи металллар пулат ишлаб чиқариш саноатида пулатни лиггерлашда, карбидли қаттиқ қотишмалар ҳосил қилишда ҳамда электротехника ва вакуум электротехникасида ишлатилади.

3. **Тарқоқ камёб металллар.** Уларга галлий, индий, таллий, германий, селен, теллур, рений элементлари киради. Тарқоқ камёб металллар изоморф аралашма ҳолида турли металл минераллари таркибида кам миқдорда учрайди. Шунинг учун улар металлургия ва кимёвий корхоналар-

нинг чиқиндиларидан ажратиб олинади. Масалан, галлий алюминий минералларида (бокситларда) учрайди. Шунинг учун галлий алюминий корхоналари чиқиндиларидан олинади. Индий, таллий ва германий рух концентратлари ва бошқа сульфидли минераллар таркибида учрайди, ҳамда уларни сульфидли хомашёларни қайта ишлашда бирга ажратиб олинади. Германий кўмирнинг ёқиши натижасида ҳосил бўлган қул таркибида, рений элементи эса молибденли хомашёни қайта ишлаш орқали ажратиб олинади. Демак, тарқоқ камёб металллар учун хомашё базаси турлича бўлиб куйдириш ўчоқларининг кулларида, рух — қўрғошин корхоналарининг кеклари ва кукунларида, сульфат кислота заводлари қолдиқларида, кўмир кулларида ва бошқа турдаги чиқиндилар таркибида учрайди.

4. *Камёб ер металлари.* Уларга скандий, иттрий, лантан ва лантаноидлар киради. Лантаноидлар физик-кимёвий хоссаларининг бир-бирига яқинлиги шундан иборатки, уларнинг ташқи электрон қаватлари тузилишининг бир хиллиги билан фарқ қилади ва бир элементдан иккинчи элементга ўтганда 4 f қаватдаги электронларнинг тўйиниши билан содир бўлади. Шунинг учун маъдан хомашёларида бу элементлар биргаликда бўлади. Уларни ажратиб олишда аввал араёш оксидлари ҳолида, сўнг улар бир-биридан замонавий усуллар билан ажратиб олинади.

5. *Радиоактив камёб металллар.* Уларга ҳамма радиоактив элементлар: полоний, радий, актиний ва актиноидлар киради. Бу металлларни ишлатиш соҳаси ва улар билан ишлаш технологияси радиоактивлик хусусиятига боғлиқ бўлади. Актиноидларнинг табиати электронларни бир элементдан иккинчисига ўтишда 5-f қаватдаги электронларнинг ўзаро жойлашувига боғлиқ. Радиоактив камёб металллар маъдан хомашёларида биргаликда учрайди ва улар камёб ер металларига эргашган ҳолда бўлади. Табиий ва айрим сунъий радиоактив металллар атом энергияси ишлаб чиқариш саноатида катта аҳамиятга эга.

19-§. Камёб металллар ишлаб чиқариш технологияси

Камёб металллар ишлаб чиқариш технологияси ишлатилган хомашёнинг хусусиятига металлларни физик-кимёвий хоссаларига ҳамда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга бўлган талабларга боғлиқ.

Маълумки маъдан таркибида камёб металллар миқдори жуда кам бўлгани учун улар бойитилади. Камёб металллар бўлган маъданлар таркиби жуда мураккаб бўлиб, улар вольфрам-молибденли, титан-ниобий-танталли, уран-ванадийли, литий-цезийли, вольфрам-сурьмали, цирконий-ниобийли бўлиши мумкин. Бундан ташқари, камёб металллар кимёвий корхоналарнинг ҳамда рангли ва қора металлургия заводларининг чиқиндилари таркибида ҳам бўлади. Шунинг учун бу хомашёларни комплекс равишда ишлаш ва ундан асосий маҳсулотларни ажратиб олиш катта аҳамиятга эга.

Бошланғич маҳсулот таркиби мураккаб бўлгани учун ундан тоза ҳолда маҳсулот ажратиб олишга бўлган талаб юқори бўлади, чунки асосий маҳсулот таркибида бошқа моддалар миқдори юздан, мингдан, айрим ҳолларда ўн мингдан бир фоизни ташкил қилиши керак. Айрим металллар хоссаларининг яқинлиги камёб металлларни соф ҳолда олишда катта қийинчиликларни вужудга келтиради (масалан; гафний ва цирконийни, ниобий ва тантални ва бошқа камёб ер-металларини ажратишда). Шунинг учун хомашёларни қайта ишлашда, уларни аралашмалардан тозалаш ва соф бирикмаларини олиш асосий мақсадлардан бири ҳисобланади.

Камёб металлларнинг ҳеч бирини айрим ҳолда хомашёдан тўғридан тўғри эритиб олиб бўлмайди. Аввало, маъдан концентратларида уларнинг бирикмалари ҳосил қилинади ва улардан асосий маҳсулотлар ажратиб олинади. Маъдан концентратларини қайта ишлаш асосан уч босқичда амалга оширилади; яъни а) концентратларни парчалаш; б) кимёвий тоза бирикмалар олиш (тузлари ёки оксидлари); в) тоза кимёвий бирикмалардан металллар олиш.

Биринчи босқичнинг асосий мақсади—минералларни парчалаш, уларни асосий массадан ажратиб олиш ҳамда эритма ёки чуқмада уларнинг миқдорини ошириш. Бунга пирометаллургия (куйдириш, оксидлаш, суюлтириш ёки қуруқ ҳайдаш ва бошқалар) ёки гидрометаллургия усуллари (кислоталар ёки ишқорларда эритиш) орқали эришилади.

Иккинчи босқич эса ҳосил қилинган кимёвий бирикмаларни ажратиш ва тозалашдан иборат бўлиб, бунга чуқтириш, дурлаш (кристаллаш), экстракция ва ион алмашилиш жараёнлари орқали эришилади.

Учинчи босқич — сөф ҳолдаги камёб металлларни олиш бўлиб, унда водород ёки углеводород иштирокида юқори температурада қайтариш жараёни олиб борилади. Қайтариш усули асосан учта гурппага бўлинади (21-жадвал).

21-жадвал

Камёб металлларни олиш усуллари

Қайтариш усуллари	Металлар
Цементация ёки электролиз қилиш усули билан металлларни сувли эритмалардан ажратиш олиш	Галлий, индий, таллий, рений
Юқори ҳароратда оксид ёки тузларни водород, углеводород оксиди ёки углеводород ёрдамида қайтариш	Вольфрам, молибден, рений, германий
Оксид ёки тузларни металл билан қайтариш ёки суюлтирилган муҳитда электролиз қилиш	Тантал, ниобий, ванадий, титан, цирконий, литий, бериллий, камёб с-р-металларни, торий, уран

Жадвалга кўра галлий, индий, таллий ва рений металлларини уларнинг сувли эритмаларидан олиш мумкин экан, қолган металллар пирометаллургия усулида олинади.

Кўпгина қийин эрийдиган камёб металллар аввал, куңсимон ҳолатга келтирилади, сўнгра юқори температурада суюлтириб металллар қуймаси ҳосил қилинади.


ҚИЙИН ЭРИЙДИГАН КАМЁБ МЕТАЛЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИ

20-§. Вольфрам ишлаб чиқариш технологияси

Вольфрам 1781 йилда швед олими К. В. Шелье томонидан тунгстен минералларини кислота билан парчалаб олинган. Шундан 100 йил кейин вольфрамни ишлатиш соҳалари яратила бошланди. Вольфрамни пулатга қўшиш натижасида, уларнинг қаттиқлиги ва металлларнинг қирқиб хусусиятлари олиши ва уларни лампочкаларда қўлланилиши радиоэлектротехниканинг ривожланишига олиб келди.

Вольфрамнинг атом оғирлиги — 185, 92, зичлиги — 19, 2 г/см³, $T_{\text{эриш}}$ — 3395±5°, солиштирма иссиқлик сифими — 0,031(18°С да), иссиқдик ўтказувчанлиги — 0,31 кал/см·сек (20°С) ва солиштирма электр қаршилиги — 5,5 Ом⁻¹·см⁻¹·10⁻⁶ (20°).

Вольфрам ҳавода оксидланмайди, 400—500°С да оксидлана бошлайди ва ҳарорат кўтарилиши билан сариқ рангли вольфрам (III) оксиди ҳосил бўлади. 2000°С да азот билан вольфрам нитриди — WN_2 ни ҳосил қилади. 600—700°С да сув буғи билан қуйидаги реакция боради:



Вольфрам қаттиқ кўмир ва кўмирли газ (CO , CH_4 , C_2H_2) лар билан 800—1000°С да WC ва W_2C карбилларини ҳосил қилади.

Вольфрам уй температурасида хлорид, азот, сульфат ва плавик кислоталарда эримайди, лекин температура кўтарилиши билан унинг эрувчанлиги ортиб боради. Совуқ ҳолдаги ишқорларда вольфрам эримайди, аммо суюлتما ҳолидаги ишқор ҳаво таъсирида вольфрамни оксидлайди ва вольфраматлар ҳосил қилади. Бу жараёнда оксидловчилар ($NaNO_3$, $NaNO_2$, $KClO_4$, PbO_2) иштирокида вольфраматларнинг ҳосил бўлиши тезлашади.

Вольфрам минераллари ва уларни бойитиш

Вольфрам Ер қобиғида кам тарқалган элемент бўлиб унинг кларк бўйича оғирлиги $1 \cdot 10^{-4}$ % ни ташкил қилади. У табиатда эркин ҳолда учрамайди. Табиатда вольфрамнинг 15 тага яқин минераллари топилган бўлиб, улардан асосан вольфрамит ва шеелит минераллари амалий аҳамиятга эга.

Темир вольфрамат ($FeWO_4$) ва марганец вольфрамат ($MnWO_4$) ларнинг қаттиқ эритма ҳолидаги изоморф аралашмасига вольфрамитлар дейилади. Ҳар иккала тузнинг кристалл панжаралари бир хил тузилишга эга бўлганлиги учун темир ва марганец атомлари кристалл панжара тугунчаларида бир-бирига алмаша олади. Агар вольфрамит минералида марганец вольфрамати 20 % дан кам бўлса, минерал ферберрит, 80 % дан кўп бўлса гюбнерит деб аталади. Курсатилган таркиб аралашмасидаги минералларни вольфрамитлар дейилади, уларнинг ранги қора, жигарранг ёки қизғиш жигарранг бўлиши мумкин. Бу минералларнинг зичлиги 7,1—7,9 г/см³, қаттиқлиги 5—5,5 ни ташкил қилади. Вольфрамит минералларида WO_3 миқдори 76,3—76,6 % ни ташкил қилади. Минерал магнит хусусиятига эга.

Шеелит тоза ҳолдаги кальций вольфраматни ($CaWO_4$) ташкил қилади. Минерал оқ ва сариқ рангли бўлиб, зич-

лиги 5,9—6,1 г/см³, қаттиқлиги 4,5—5 га тенг. Шеелит минерали таркибида қисман повелит (CaMoO_4) бўлиб, унга ультрабинафша нур таъсир эттирилса ҳаворангда нурланиши мумкин. Минералдаги молибденнинг миқдори 1 % дан кўп бўлса, сариқ рангли нурланиш ҳосил бўлади. Шеелитда магнитлик хусусияти йўқ.

Вольфрам минералларига қуйидагилар киради. Булар: вольфрам охраси ёки тунгстит — $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$; купротунгстит — $\text{CuWO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$; штольцит — PbWO_4 ; чиллагит — $3\text{PbWO}_4 \cdot \text{PbMoO}_4$; ферритунгстит — $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{WO}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; тунгстенит — WS_2 .

Вольфрам рудаларини бойитишдан мақсад, уларнинг концентратларини олиш: 55—60 % WO_3 бўлади.

Вольфрам рудаларидан концентратлар олишда қуйидаги бойитиш, яъни гравитацион, флотацион, магнитли ва электростатик сепарациялаш ҳамда кимёвий бойитиш усуллари қўлланилади.

Гравитацион бойитиш усули вольфрамит рудаларидан вольфрам олишнинг асосий усули ҳисобланади. Шеелит рудаларини бу усул билан бойитиш натижасида вольфрамнинг ажралиши 70 % дан ошмайди, чунки шеелит рудалари ўта майдаланиш ҳисобига жараён давомида чиқиндидаги шлам (балчиклар) га ўтиб кетади ва унинг анча қисми йўқотилади. Шунинг учун шеелит рудаларини флотация усули билан бойитиш йўлга қўйилган бўлиб, флотация жараёнини бошқарувчи реагент сифатида — сода, суюқ шиша, танин; коллектор сифатида — олеин кислотаси, натрий оллати, суюқ совун; кўпик ҳосил қилувчи сифатида қайрағоч ёғи, терпинол, техник креозол ва бошқа реагент қўшилади.

Флотация жараёни ишқорли муҳит ($\text{pH} = 9-10$) да олиб борилади.

Айрим ҳолларда шеелит рудаларини бойитишда гравитация ва флотация усуллари қўшиб амалга оширилади.

Бойитиш йўли билан шеелит рудаси таркибидаги молибдендан қутулиб бўлмайди. Шунинг учун шеелит концентратлари таркибидаги молибден гидрометаллургик усул билан қайта ишлов берилгандан сўнг ажратиб олинади. Худди шундай шеелит концентратлари таркибидаги бошқа чиқиндилар ёки аралашмалар маълум миқдорга келтирилади, сўнг улар гидрометаллургик қайта ишловдан кейин тозаланади.

Вольфрам концентратларини қайта ишлаш технологияси

Вольфрам концентратларини қайта ишлашдаги асосий маҳсулот вольфрам (III) оксиди бўлиб, у вольфрам карбиди ва вольфрам металлани олиш учун хизмат қилади.

Саноатда вольфрам концентратларини қайта ишлашнинг бир қанча технологик усуллари маълум.

Қайси технологик усулни қўллаш хомашё турига, ишлаб чиқариш ҳажмига, вольфрам (III) оксидининг технологик талабларига ва унинг физикавий сифатига, ҳамда хомашё қандай усул билан келтирилишига, яъни унинг таннархига боғлиқ бўлади.

Концентратларни қайта ишлаш қуйидаги уч босқичда амалга оширилади: 1. Концентратни парчалаш;

2. Техник вольфрам кислотаси олиш;

3. Техник кислотани аралашмалардан тозалаш.

Бунда қуйидаги технологик парчалаш усуллари ишлатилади. Вольфрамит ва шеелит концентратлари куйдирилади ёки сода билан суюлтирилиб, сувда ишқорланади ёки автоклавда соданинг сувли эритмаси билан қайта ишланади. Айрим ҳолларда вольфрамит концентратлари натрий гидрооксидининг сувли эритмаси билан қайта ишланади. Шеелит концентратлари эса кислоталар билан парчаланadi.


Бу усулларда ишқорли реагентлар (сода, уювчи натрий) қўлланганда натрий вольфраматнинг сувли эритмаси ҳосил бўлади ва ундан техник вольфрам кислотаси ёки вольфрам бирикмалари ҳосил қилинади.


Вольфрам концентратларини кислоталар билан парчалашда вольфрам кислотаси чўкмада ҳосил бўлади, сўнгра аралашмалардан тозаланади. Қуйида парчалаш технологик усулларида айримларини кўриб чиқамиз.

Содали куйдириш технологияси


Содали куйдириш саноатда энг кўп қўлланиладиган парчалаш технологияси ҳисобланади. Бу усулнинг технологик тизими қуйида берилган (21-расм).

Куйдириш. Вольфрамит концентрати кислород иштирокида сода билан қуйидаги реакцияга киришади:





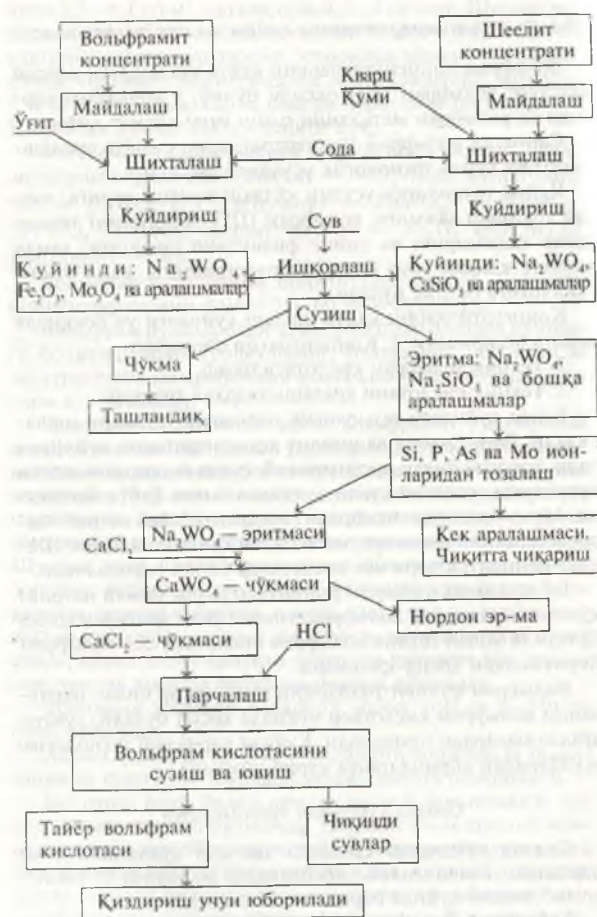


21-расм. Вольфрамит ёки шеелитнинг содали куйдириш технологияси.





Реакция қайтмас бўлиб, CO_2 учиб чиқади. Mn ва Fe эса тўлиқ оксидланади. Бу жараён $800\text{--}900^\circ\text{C}$ да боради. Реакция тўлиқ бориши учун шихталаш учун ишлатиладиган сода миқдори назарий жиҳатдан $10\text{--}15\%$ куп солиниши ҳамда темир ва марганецни оксидлаш жараёнини тезлаштиш учун $1\text{--}4\%$ миқдорида ўғит солиниши керак.

Концентрат таркибидаги кремний, фосфор, миньяк, молибден ва бошқа моддалар ҳам сода таъсирида эрувчан тузлар ҳосил қилади, яъни:



Шихтадаги ортиқча сода темир оксиди билан реакцияга киришиб, натрий ферритларини ҳосил қилади ва у сувни ишқорлаш жараёнида ишқор ҳосил бўлиши билан боради:



$800\text{--}900^\circ\text{C}$ да юқоридаги реакцион моддалар аралашмаси оқувчан суюлتما ҳолида бўлади, улар куйдирма дейилади. Бу куйдирма таркибида натрий вольфрамат, темир оксиди ва феррити, марганец оксидлари, аралашмаларнинг натрийли тузлари, ортиқча сода ва реакцияга киришмасдан қолган вольфрамит минералидан иборат бўлади.

Саноатда бу жараёнлар махсус ишланган тўхтовсиз ёки даврли айланивчи ўчоқларда амалга оширилади. Бундай ўчоқларда вольфрамит концентратларининг парчаланishi $98\text{--}99\%$ ни ташкил қилади. Саноатда қўлланиладиган айланивчи ўчоқларнинг узунлиги $20\text{--}25\text{ м}$ бўлиб, унинг ичи шмот гиштлари билан ўралган бўлади. Ички диаметри $1.8\text{--}2\text{ м}$ бўлиб, у $2\text{--}3^\circ$ остида қия ҳолда ўрнатилади. Бу ўчоқлардаги температура мазут, генератор газларини ёқиш билан амалга оширилади. Ўчоқларнинг айланиш тезлиги минутага $0.5\text{--}2\text{ м/сек}$. Масалан: узунлиги 20 м ва ташқи диаметри 2.2 м , қиялиги 3° бўлган ўчоқлар суткасига $20\text{--}22\%$ WO_3 бўлган 25 тонна шихтани ишлаб чиқара олади. Ўчоқларда-

ги куйдирмалар маълум катталикларда парчаланadi ва улар ҳўл тегиримонларда бутана (пульпа) ҳолига келтирилиб, ишқорлаш тизимига юборилади.


Ишқорлаш. Куйдирмани сувли ишқорлаш жараёни 80—90° да тўхтовсиз ёки даврли ишловчи айлантргичли жиҳозларда амалга оширилади. Қиздириш жараёни қиздирилган буғлар билан олиб борилади ва натрий вольфраматни тўлиқ эритмага ўтказиш учун ишқорлаш 2—3 босқичда бажарилади. Натижада натрий вольфрамат ва сувда эрувчи тузлар аралашмаси эритмага ўтади. Ишқорлаш жараёнилари натижасида вольфрамнинг 98—99 % и эритмага ўтади. Натрий вольфрамат эритмасининг зичлиги 1,26—1,40 г/см³ оралиғида бўлиб, эритмадаги WO₃ миқдори 190—270 г/л бўлишини кўрсатади. Ишқорлаш ва сузиш жараёнидан сўнг қуруқ ҳолатдаги чиқиндилар концентратнинг бошланғич миқдори 30—40 % ни ташкил қилади. Чиқиндилар таркибида WO₃ миқдори 1,5—2 % дан ошмаслиги керак (агар 2 % дан ортса шихталаш жараёнига қайтарилadi).

21-§. Натрий вольфрамат эритмасини аралашмалардан тозалаш



Натрий вольфрамат эритмаси таркибида кремний, фосфор, мишьяк, молибден ва олтингургуртнинг натрийли тузларидан иборат аралашмалар бўлиб, улар вольфрам кислотасининг тозалигига таъсир қилади. Шунинг учун натрий вольфрамат эритмаси бу ионлардан тозаланиши шарт.

а. Кремнийдан тозалаш.

Натрий вольфрамат эритмасини кремнийдан тозалаш учун, аввал эритма HCl қўшиб нейтралланади. Нейтраллаш жараёнида қиздирилган вольфрамат эритмасига томчилаб хлорид кислотаси қўшилади ва бу жараён эритмадан олинган аликвотни фенолфталеин индикатори ёрдамида текшириб борилади. Эритма муҳити pH = 8—9 бўлганда натрий силикат тузи гидролизланади, яъни





Бу эритма қиздирилса H₂SiO₃ чўкмага тушади ва у сузиб олиш орқали ажратиб олинади. Кўпинча нейтраллаш учун HCl ўрнига NH₄Cl ишлатилади, сувли эритмада гидролизланиб HCl ни ҳосил қилади, у эса NaOH ни нейтраллашга олиб келади, яъни:




Бу эса ҳосил бўладиган муҳитнинг ўзгаришини камайтиради ва NH₄Cl қўллаш фосфор ва мишьякдан тозалаш жараёнини олиб боришни яхшилади.

б. Мишьяк ва фосфордан тозалаш.

Мишьяк ва фосфор эритмалардан магний ва арсенатлар ҳолида чўктирилиши мумкин. Шунинг учун ҳам, асосан кам эрувчан аммоний-магнезили фосфат ва арсенат тузларини ҳосил қилиш орқали тозалаш энг яхши усул бўлиб хизмат қилади: Mg(NH₄)PO₄ · 6H₂O ва Mg(NH₄)AsO₄ · 6H₂O тузларини 20°С да сувда эрувчанлиги 0,053 ва 0,038 % ни ташкил қилади ва агар эритмала Mg²⁺ ва NH₄⁺ ионлари миқдори кўпроқ бўлса, бу тузларнинг эрувчанлиги янада камади. Чўктириш реакцияси:



Лекин ҳосил бўлган Mg(NH₄)PO₄ ва Mg(NH₄)AsO₄ тузлари сувли эритмада гидролизга учраши ҳамда сувда яхши эрувчан тузларни ҳосил қилиши мумкин:




Реакциядан кўриниб турибдики, чўктириш жараёнини тўлиқ амалга ошириш учун уни кўпроқ миқдордаги NH₄OH қўшиш билан олиб бориш керак экан. Шу билан бирга, чўктириш жараёни анча паст температурада олиб борилишини тақозо этади, ҳамда MgCl₂, NH₄Cl ва аммиакни назарий жиҳатдан кўпроқ миқдорда ишлатишни талаб қилади.



в. Молибдендан тозалаш.

Агарда натрий вольфрамат эритмасида молибден миқдори 0,3 г/л дан кўп бўлса, унда тозалаш жараёни кам бўлса вольфрам кислотаси ҳосил қилиш жараёнида амалга оширилади.

Саноатда молибдендан тозалаш жараёни, асосан молибден (III) сульфидини ҳосил қилишга асосланган бўлиб, бунинг учун эритмага Na₂S қўшилса молибденнинг сульфотузлари ҳосил бўлади ва эритмага хлорид кислота қўшиб, унинг муҳити pH=2,5—3 гача олиб борилса, эритмадаги ҳамма молибден MoS₃ ҳолида чўкмага тушади, яъни:

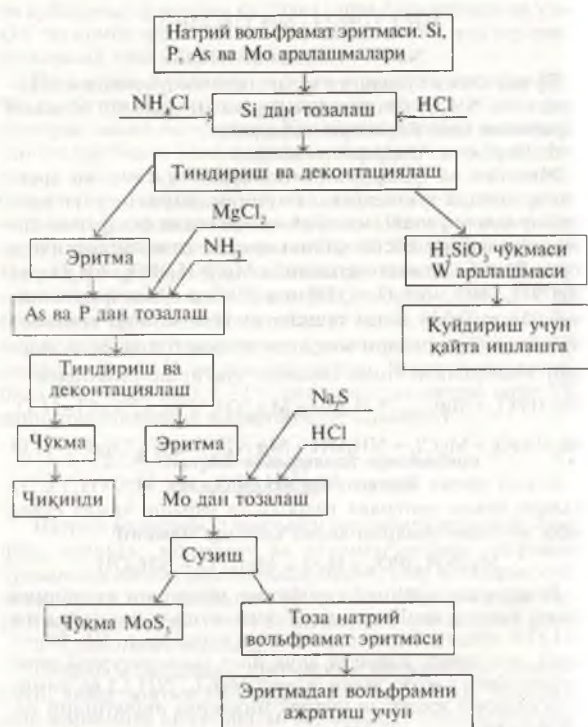

22-расм. Вольфрамат натрийни кремний, фосфор, мышьяк ва молибден ионларидан тозалаш схемаси.



Бу жараён қуйидагича амалга оширилади. Эритмага Na_2S қўшилгандан сўнг, $\text{pH}=3$ гача нейтралланади (қизил конго индикатор қоғози ёрдамида назорат қилиб турилади). Эритмани 1—2 соат қиздирилгандан сўнг молибденнинг

жигарранг сульфотузлари чўкмага тушади ва у билан 1 % га яқин вольфрам ҳам чўкмага тушади.

Молибден ионларидан тозалаш технологияси мышьяк ва фосфордан тозалангандан сўнг бажарилади.

Натрий вольфрамат эритмасини ҳар хил аралашмалардан тозалашнинг технологик схемаси 22-расмда берилган.


22-§. Эритмадан вольфрам эритмаларини олиш

Вольфрам натрий вольфрамат эритмасидан турли бирикмалар ҳолида олинади. Амалда қуйидаги усуллар қўлланилади:

1. Вольфрам кислотасини туғридан-туғри ажратиш;
2. Кальций вольфрамат ҳолида чўктириш, уни кислота-ларда парчалаш;
3. Натрий паровольфрамат ва вольфраматлар ҳолида дурлаш (кристаллаш).

Бу усуллар ичида туғридан-туғри вольфрам кислотаси ҳосил қилиш энг оддий усул ҳисобланади. Лекин бу усулда коллоид бирикмалар берувчи дисперс чўкмаларнинг ҳосил бўлиши технологик қийинчиликларни туғдиради. Ундан майда заррачали вольфрам кислоталари олишда фойдаланилади. Иккинчи усул ишлаб чиқариш амалиётида кенг қўлланилади, чунки унда осон ювиладиган вольфрам кислотаси олинади. Учинчи усул, асосан ишлаб чиқариш учун охириги маҳсулотларни ишлатишга қараб қўлланилади.

Вольфрам кислотасини чўктириш. Бунда, асосан хлорид кислота ишлатилади, яъни:




Чўкманинг ҳосил бўлиши бошланғич эритма концентрациясига, температурага ҳамда чўктириш усулига боғлиқ. Агарда эритмалар совуқ ҳолда бўлса, оқ рангли вольфрам кислотасининг коллоид чўкмаси ҳосил бўлади. Қайнатилган хлорид кислотага натрий вольфраматни 80—90°C гача иситилган эритмаси қўшилса, сариқ рангли, осон ювиладиган дағал вольфрам кислотасини олиш мумкин. Катта заррачали вольфрам кислотасининг ҳосил бўлиши, эритмани хлорид кислотасига қуйиш тезлигига боғлиқ, чунки кристаллар (дурлар) нинг ўсиши чўкма заррачасининг катталигини ифодалайди.


Ҳосил бўлган вольфрам кислотаси чўкмаси натрий хлориддан ва эриган аралашмалардан ювиб ташланади. Бунда, аввал иситилган дистилланган сув билан деконтацияланади, сўнг 1 % ли HCl ёки NH_4Cl эритмаси билан ювилади, чунки бу ҳолатда вольфрам кислотаси яхши чўкма ҳосил қилади.

Кальций вольфрамат ҳолида чўктириш

Бу усулда қуйидаги реакция боради:



Кальций вольфраматнинг чўкиш жараёни ва уни тўлиқ чўктириш эритмадаги натрий вольфраматнинг концентрациясига ҳамда эритманинг ишқорий муҳитда бўлишига боғлиқ. Натрий вольфрамат эритмаси қиздирилиб, эритманинг зичлиги 1,14—1,16 (яъни 120—130 г/л) гача келтирилади ва эритмадаги ишқор миқдори 0,3—0,7 % гача бўлиши керак. Агарда эритмадаги ишқор миқдори 0,3 % дан кам бўлса, эритмадаги вольфрам тўлиқ чўкмайди, ишқор миқдори 0,7 % дан кўп бўлса, чўкиш жараёни секин боради, ҳажми катталашиб чўкмадаги чиқиндилар миқдори нормадан ошқ бўлади. Ҳосил қилинган чўкма, аввал дистилланган сув билан ювилади. Сўнг хлорид кислота эритмаси билан ишлов берилади, унда қуйидаги реакция ҳосил бўлади:




23-§. Шеелит концентратини парчалош технологияси

Кўпчилик саноат корхоналарида шеелит концентратини парчалош орқали вольфрам олинади. Бунда қуйидаги технологик усуллар қўлланилади. Сода билан парчалош, соданинг сувли эритмаси билан автоклавда парчалош ва кислоталар билан парчалош. Бу технологик усуллари алоҳида кўриб чиқамиз.

Сода билан парчалош технологияси.

Бу жараён қуйидаги реакция асосида олиб борилади:




Бу реакциянинг тўлиқ бориши реакциянинг мувозанат константасига боғлиқ, яъни 20°C да $\frac{[\text{Na}_2\text{CO}_3]}{[\text{Na}_2\text{WO}_4]} = 0,78$ га тенг



бўлади. Жараён давомида тўлиқ шеелит концентратини парчалош учун, яъни 294 г Na_2WO_4 ҳосил қилиш учун реакция бўйича 106 г Na_2CO_3 олиш керак. Лекин жараёни охирига етказиш учун эса эритмада кўп миқдорда сода

$\frac{[\text{Na}_2\text{CO}_3]}{294} = 0,78$ ёки $[\text{Na}_2\text{CO}_3] = 0,78 \cdot 294 = 230$ г керак бўлади. Шунга кўра, реакциянинг тўлиқ бориши учун соданинг умумий миқдори $230 + 106 = 336$ граммни ёки 3,17 марта стехиометрик жиҳатдан кўплигини кўрсатади.

Шунинг учун бу жараёнда сода минимал қийматидан кўпроқ олиниши, бу реакцияда чўктириш жараёнининг тўлиқ бориши учун маълум миқдорда кварц куми, ҳамда қисман чиқиндилардан қўшиш билан олиб борилади. Унда шихтада борадиган жараён қуйидаги реакциялар билан боради:




Бу реакция икки босқичда боради, яъни:




Ўқорида кўрсатилганлардан кўриниб турибдики, шеелитни содали парчалошда, шихта майдаланган шеелит концентратидан 50—100 % кўп бўлган Na_2CO_3 , кварц куми ва чиқиндилардан иборат бўлиши керак.

Демак, бу технологик жараёнда кўп миқдорда сода сарфлашга тўғри келади, бу эса олинган маҳсулот таннархига таъсир қилади. Шунинг учун ҳозирги вақтда шеелит концентратини парчалошда бошқа усуллардан фойдаланилади. Бундан ташқари, содани сувли эритмаси билан автоклавда парчалош технологияси ҳам ишлаб чиқилган.

Бу технологик жараён қуйидаги реакция асосида боради.



Шеелит концентратини кислоталар билан парчалош технологияси қуйидаги реакция бўйича боради:



моддалари билан бир қаторда кўп миқдорда бошқа моддалар ҳам ҳосил бўлади.

Жараёни олиб бориш учун хлорид кислота миқдори назарий ҳисобланганига қараганда тахминан 250 % кўп миқдорда олинади ва қисман 0,2—0,5 % миқдорда HNO_3 солинади. Тайёрланган эритма устига майдаланган шеелит концентратини солиб, уни аралаштириб турилади (70—80° да, 6—8 соат давом этади).

Натижада чўкмада вольфрам кислотаси ҳосил бўлиб, у билан бирга парчаланмасдан қолган шеелит минерали, қум, тупроқ ва бошқа моддалар бўлади; техник вольфрам кислотаси олинади. Уни иссиқ сув билан бир неча марта ювиб ташланади. Олинган техник вольфрам кислотаси таркибида 2—3 % чиқиндилар бўлгани учун тозалашга юборилади.

Вольфрам кислотасини тозалаш. Вольфрам кислотаси таркибида 0,2—0,3 % кальций, натрий силикат кислотаси (H_2SiO_3), молибден кислотаси (H_2MoO_4) ҳамда вольфрам кислотаси юзасида ютилган (сорбцияланган) темир, марганец, алюминий, фосфор, мишьяк ва бошқа бирикмалар билан ифлосланган бўлади. Вольфрам кислотасини тозалаш учун хлорлаш усули ишлатилади. Бунда темир, марганец, алюминий, фосфор ва бошқалар учувчан тузлар ҳолида учиб чиқади. Бундан ташқари, аммиак билан тозалаш усули қўлланилади. Бунда вольфрам кислотаси аммиакда яхши эрийди ва эритмага ўтади, бошқа моддалар эса чўкмада қолади. Аммиакли эритмадан вольфрам аммоний вольфрамат ҳолида ажратиб олинади.

МОЛИБДЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

24-§. Молибден концентратларини қайта ишлаш усуллари

Ферромолибден ва турли тозаликдаги молибденнинг кимёвий бирикмалари — молибден (III) оксиди, аммоний парамолибдат, натрий молибдат ва кальций молибдат каби моддаларни олиш учун молибденит концентрати асосий хомашё базаси ҳисобланади.

Корхоналарда қандай ва қайси модда олишдан қатъи назар, аввал молибденит концентратлари оксидлаш жараёни ва гидрометаллургик ишлов бериш билан олиб борилади. Оксидлаш жараёни натижасида кўп аралашмалар куйиндиси ҳосил қилинади ва ундан сўнг ҳосил бўлган куйиндидан асосий модда молибден (III) оксиди олиш учун юборилади. Бу моддани олиш учун учириниш (ҳайдаш) усули ёки гидрометаллургик усул қўлланилади.

236

Ҳозирги вақтда молибден концентратларини парчалашда, асосан гидрометаллургик усуллар қўлланиб келинмоқда. Уларга қуйидаги усуллар киради:

1. Молибденит минералларини оксидлаш ёки кислота-лар билан парчалаш;

2. Молибденит минералининг кислород ва ишқорли эритмаларини босим таъсирида оксидлаш;

3. Натрий гипохлоратнинг ишқорли эритмаси билан ишлов бериш.

1. Молибденит концентратини оксидлаш.

Бу усулда бир қанча кимёвий реакциялар содир бўлиб, улар юқори температурада олиб борилади. Оксидланиш жараёнида:

а. Молибденит минерали молибден (III) оксидигача оксидланади;


б. Молибден (III) оксиди молибденит билан бирикади;

в. Концентрат таркибидаги мис, темир ва бошқа элементлар оксид ёки сульфат ҳолигача оксидланади;

г. Ҳосил бўлган молибден (III) оксидининг металл оксидлари, сульфатлари ва уларнинг карбонатлари билан бирикиши мумкин.


а. Молибденнинг оксидланиши.

Бу жараён 500°C да кислород иштирокида олиб борилади:



б. MoO_3 ни MoS_2 билан ўзаро бирикиши.



Бу жараён кам ҳаволи муҳитда 600—700°C да боради:




Температура 600°C бўлганда 60 минутдан сўнг реакциянинг 45 % и, 700°C да эса 90 % и амалга ошади:

в. Бошқа металл сульфидларининг оксидланиши.


Яъни,



Сўнгра






ҳосил бўлади, реакция таркибидаги






ҳолида реакцияга киришади.

237

г. Молибден (III) оксиднинг сульфидлари, карбонатлари, металл оксидлари ҳосил бўлиши 500—600°C да бошланади, яъни



Бунда аввал




Ферромолибден тузи эса ҳавоси сўриб олинган идишда ҳосил бўлади, уни ҳаволи жойда қиздирилса, Fe_2O_3 ва MoO_3 ҳолида оксидланиб парчаланadi.

25-§. Тоза MoO_3 ишлаб чиқариш технологияси

Бу технологик усулни амалга оширишда жараён юқори босимда олиб борилади, чунки босим ошган сари юқори температурада MoO_3 буғлари ҳосил бўлиб, улар чанг заррачалари ҳолида учиб чиқа бошлайди. Бу усулни буғлатиш усули (возгонка) билан ҳайдаш дейилади. MoO_3 нинг ҳосил бўлиш жараёни 900—1100°C да яхши боради. Бу температурада минерал таркибидаги темир оксиди, кремний оксидлари буғланмайди. Бу жараённи амалга ошириш учун кварцдан тайёрланган қозончаларга (тигель) қиздирилган молибденит минерали солиб, уни айланувчи электр ўчоқларга жойланади. Бу ўчоқлар 35° ли бурчак остида эгилган бўлиши керак. Қозончалар 900—1100°C га қиздирилганда минераллар суюқланади ва бу қозончалар устидан тўхтовсиз равишда ҳаво юбориб турилади. Бу ҳаво ҳосил бўлган MoO_3 буғларини ўзи билан олиб кетади ва улар ўз йўлида қопли элақлардан (мешочный фильтр) ўтказилиб борилади ва ушлаб қолинади.



Бу усулда олинган MoO_3 99,95 % миқдорда ажралиб чиқади, у бошқа моддалардан соф ҳолатда бўлади.

Шунингдек, кимёвий усуллар ҳам бор. Уларда молибденит концентрати юқори температурада қиздирилади. Ҳосил бўлган куйинди аммиак билан ишқорланади, яъни




Концентрат таркибидаги CaMoO_4 , MoO_3 ва молибденит аммиакда эримайди ва чиқинди таркибида қолади.

Қиздириш натижасида ҳосил бўлган молибден тузлари, мис ва рух сульфатлари (ҳудди шундай никель ҳам) аммиакли сувда яхши эрийди ва улар комплекслар ҳолида эритмага утади:



Ферромолибдат аммиакли сувда парчаланadi, лекин бу реакция жуда суст боради. Шунинг учун улар молибденит заррачалари юзасида оксидлари ҳолида юпқа пардалар ҳосил бўлишига олиб келади (улар молибденитларнинг эришини камайтиради).

Эритмада ҳосил бўлган Fe^{2+} валентли бирикмалари эса яхши эрийди ҳамда темирнинг аммиакли комплексларини ҳосил қилади:




Бу усулда олинган молибден миқдори 80—95 % ни ташкил қилади. Чиқиндилар миқдори 10—30 %, унда қоладиган молибден миқдори эса 5—25 % бўлиши мумкин. Шунинг учун бу чиқиндилар яна технологик қайта ишлашга юборилади.

Технологик жараён давомида таркибидаги MoO_3 (сувда қисман эрувчан) сув билан ювиб турилади (сувли эритмада 3—5 г/л ташкил қилади) ва бу эритма технологик схемага қайтарилади.

Ишлаб чиқариш корхоналарида куйиндилар (молибденит куйиндилари) 8—10 % ли аммиак билан ишқорланади ва бу жараён 3—4 марта амалга оширилади. Бундан мақсад молибденни тўлиқ олишдир.

Биринчи ва иккинчи ишқорланган эритмалар бир-бирига қўшилиб, темир ва мис ионларидан тозалаш учун юборилади.

Ишқорлаш натижасида ҳосил бўлган эритмалар эса технологик тизимнинг бошланғич қисмига юборилади. Ҳар қайси ишқорлаш босқичидан сўнг эритма элақдан ўтказилади ва чўкма сув билан ювилади. Ҳамда сув билан ювилган эритма системага қайтарилади, яъни улар яна қайта ишлашга юборилади.

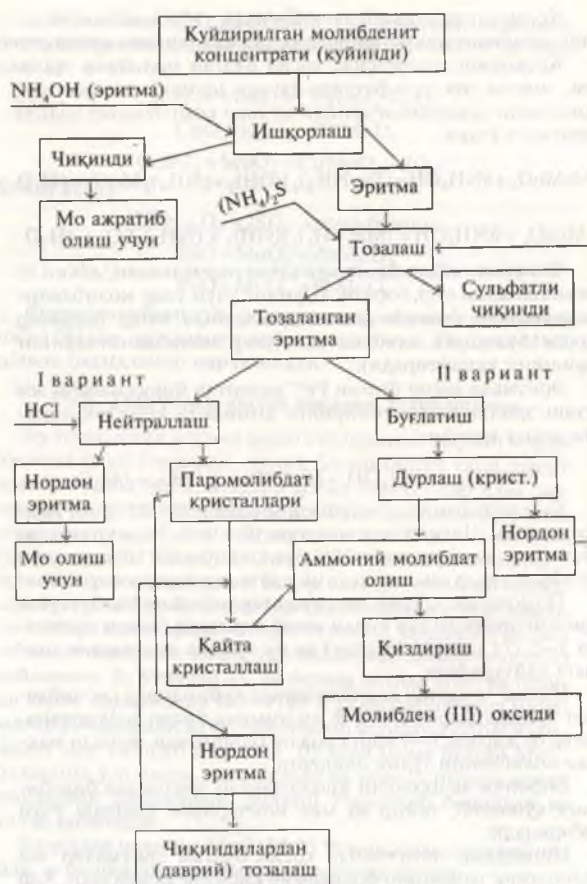


23-расм. Тоza молибден (III) оксиди олиш технологик схемаси.

26-§. Эритмани мис ва темир ионларидан тозалаш

Аммиак билан ишқорлаш натижасида куйдирилган молибден концентрати таркибидаги молибден билан бирга мис, темир, рух, никель, ишқорий-ер металллар ионлари билан бирга SO_4^{2-} ионлари эриган ҳолда эритмага ўтади. Эритма таркибида мис ва темир ионларининг миқдори бошқа ионларга қараганда миқдор жиҳатидан кўп бўлгани учун, уларни тозалаш керак бўлади. Юқорида кўрсатилган бошқа ионлар миқдор жиҳатидан жуда кам фойзни ташкил қилади.

Мис ва темир ионларидан тозалаш учун корхоналарда эритмаларга $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ қўшилади. Бунда сувда эримайдиган CuS ва FeS тузлари ҳосил қилинади.

Мис ва темир ионларини сульфидлар ҳолида чўктириш учун эритмадаги комплекс ионлари парчаланиб,



ҳосил қилади.


Мис иони (Cu^{+2}) билан $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ қуйидаги ҳолатда реакцияга киришади:



Худди шундай усулда FeS ҳам чўкмага тушади:



Эритмага қўшиладиган аммоний сульфидни назорат қилиб туриш керак, чунки эритмага қўшилган ортиқча аммоний сульфид эритмадаги молибден билан сульфотузлар ҳосил қилиб асосий маҳсулотнинг ифлосланишига олиб келади. Бу реакция қуйидагича боради:



Аммиакли чўкмага аммоний сульфид қисмлаб қуйилади. Сўнг тўлиқ чўкма ҳосил бўлиши текширилиб кўрилади. Эритмада сульфид ионларини текшириш учун эритмадан озроқ олиб, унга рух нитрат эритмаси таъсир эттирилади. Агарда эритмада ортиқча сульфид ионлари бўлса, рух молибдат ионининг оқ чўкмаси ҳосил бўлади, бу реакциялар орқали эритмалардаги ортиқча сульфид ионларининг


бор ёки йўқлиги аниқланади. Эритмада ортикча сульфид ионларини йўқотиш учун куйиндини ишқорлашдан ҳосил бўлган эритмага (аммиакли эритмалардан) қўшилади. Мис ва темир сульфидларини чуқтириш жараёни махсус ясалган ускуналарда олиб борилади.

27-§. Аммиакли эритмадан молибденни ажратиб олиш

Аммиакли эритмалардан молибденни ажратиб олишда 2 вариант қўлланилади:

1. Буглатиш.
2. Нейтраллаш усуллари.

Буглатиш усули. Бу усулда эритма мис ва темир ионларидан тозалаш учун филтрланади. Ҳосил бўлган эритма қиздирилади. Эритмани қиздириш давомида қисман аммиак ажралиб чиқади. Сўнгра куйидаги реакция бўйича паромолибдат аммоний ҳосил бўла бошлайди, яъни:



Нордон молибдат тузлари ҳосил бўлишининг олдини олиш учун буглатиш жараёни озроқ эркин аммиак бўлган ҳолда (4—6 г/л), ҳамда эритмани аралаштириб олиб бориш керак бўлади. Чунки эритмада бир хил қизиш ҳосил бўлиши керак.

Таркибида 120—140 г/л MoO_3 ($d=1.09-1.12$) бўлган эритмани буглатиш жараёни, аввал зичлиги 1,20—1,23 бўлгунча олиб борилади. сўнгра тиндириш учун қўйилади ва филтрланади, қолган мис ва темир сульфидлари чўкмага тушади. Эритма филтрлаб олингач, буглатиш жараёни давом эттирилади. Буглатиш натижасида эритма зичлиги 1,38—1,40 (400 г/л MoO_3) га тенг бўлганда, иссиқ эритма филтрланади ва улар кристаллизаторларда йиғилади. Кристаллизаторларда йиғилган эритма аралаштириб туриб совутилади, натижада паромолибдат аммоний — $3(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 7\text{MoO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ нинг майда кристаллари ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган бу кристаллар центрифугала ажратиб олинади ва дистилланган сув билан ювиб ташланади. Кристаллардан ажратиб олинган нордон эритмани буглатиш давом эттирилади ва ундан паромолибден аммоний ионлари кристалланади ва бу кристаллаш жараёнини бир неча марта амалга оширилади.


Биринчи кристаллашда 50—60% аммоний паромолибдат ҳосил бўлади. Биринчи ва иккинчи босқичдаги паромолибдат аммоний кристаллари юқори тозалikka эга бўлган тузлардан иборат бўлади.

Охириги босқичда қолган нордон эритмани қуруқ ҳолга келгунча буглатилади ва уни 350—400°C гача қиздириб, ифлос ҳолда ҳосил бўлган MoO_3 ишқорлаш бўлимига қайтарилади.

Бу буглатиш жараёни узоқ вақт давом этганлиги ва буглатишда олинadиган кристаллар тоза бўлмагани учун сапоат корхоналарида кам ишлатилади.

Нейтраллаш усули. Бу усулда молибден полимолибдат ҳолида ажратиб олинади, чунки тоза ҳолида кристалланади. HCl билан нейтраллаш натижасида аммоний молибдат эритмасининг pH муҳити ва температурасини ўзгаришига қараб турли таркибдаги полимолибдат ажралиб чиқа бошлайди.

Ишлаб чиқариш корхоналарида полимолибдат тузларини чуқтириш учун эритмадаги MoO_3 концентрацияси 280—300 г/л бўлиши керак. Полимолибдатни чуқтириш учун эритма 55—65°C гача қиздирилади ва унга аста-секин хлорид кислота аралаштирилиб (pH=2—3) турилади. Натижада 96—97% молибден 2 молекула сувли тетрамолибдат ҳолида чўкади. Бу гидролизланиш реакцияси натижасида куйидаги



чўкма ҳосил бўлади. Чўкма тезда филтрланиб ажратиб олинади. Чунки кристалларнинг нордон эритма билан кўпроқ туриши натижасида сувсиз тетрамолибдат $(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot \text{MoO}_3$ ҳосил бўлиб, уни филтрлаш анча қийинлашади. Филтрлаб уни сув билан ювилгандан сўнг, кристаллар таркибида вольфрам ионларидан ташқари, бошқа ионлар (Cu, Ni, Zn, Sb, Ag, Mg, P, S,) бўлмайди. Бундан ташқари, чўкмада 0,2—0,4% гача хлор ионлари қолади. Шунинг учун олинган полимолибдат кристаллари қайта кристалланади. Бунинг учун кристаллар 3—5% ли аммиакли эритма билан 70—80°C да ишланади. Зичлиги 1,41—1,42 бўлган тўйинган эритма ҳосил бўлгандан сўнг, у 15—20°C гача совутилади. Шунда эритмадаги 50—60% молибден паромолибдат аммоний $3(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 7\text{MoO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ҳолида кристаллга айланади. Эритмада қолган молибден қайта кристаллашда ишлатилади. Эритма қайта ишланиши натижасида ундаги ара-


бор ёки йўқлиги аниқланади. Эритмада ортиқча сульфид ионларини йўқотиш учун куйиндини ишқорлашдан ҳосил бўлган эритмага (аммиакли эритмалардан) қўшилади. Ми- ва темир сульфидларини чуқтириш жараёни маҳсу- ган ускуналарда олиб борилади.

27-§. Аммиакли эритмадан молибденни ажратиб олиш

Аммиакли эритмалардан молибденни ажратиш олишда 2 хил вариант қўлланилади:

1. Буглатиш.
2. Нейтраллаш усуллари.

Буглатиш усули. Бу усулда эритма мис ва темир ионларидан тозалаш учун филтрланади. Ҳосил бўлган эритма қиздирилади. Эритмани қиздириш давомида аммиак ажралиб чиқади. Сўнгга қуйидаги реакция бўлиб паромолибдат аммоний ҳосил була бошлайди.



Нордон молибдат тузлари ҳосил бўлишининг олдин олиш учун буглатиш жараёни озроқ эркин аммиак бўлган ҳолда (4—6 г/л), ҳамда эритмани аралаштириб олиб бориш керак бўлади. Чунки эритмада бир хил қизиш ҳосил бўлиши керак.

Таркибида 120—140 г/л MoO_3 ($d=1.09—1.12$) бўлган эритмани буглатиш жараёни, аввал зичлиги бўлгунча олиб борилади, сўнгга тиндириш учун ва филтрланади, қолган мис ва темир сульфидларини чўкмага тушади. Эритма филтрлаб олинган, буглатиш чўкма давом эттирилади. Буглатиш натижасида эритма зичлиги 1,38—1,40 (400 г/л MoO_3) га тенг бўлганда, иссиқ эритма филтрланади ва улар кристаллизаторларда йиғилди. Кристаллизаторларда йиғилган эритма аралаштириб турб совутилади, натижада паромолибдат аммоний $3(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 7\text{MoO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ нинг майда кристаллари бўлади. Ҳосил бўлган бу кристаллар центрифугада ажратиб олинади ва дистилланган сув билан ювиб ташланади. Кристаллардан ажратиб олинган нордон эритмани буглатиш давом эттирилади ва ундан паромолибден аммоний ионлари кристалланади ва бу кристаллаш жараёнини бунча марта амалга оширилади.


Биринчи кристаллашда 50—60% аммоний паромолибдат ҳосил бўлади. Биринчи ва иккинчи босқичдаги паромолибдат аммоний кристаллари юқори тозалikka эга бўлган тузлардан иборат бўлади.

Охириги босқичда қолган нордон эритмани қуруқ ҳолга келгунча буглатилади ва уни 350—400°C гача қиздириб, ифлос ҳолда ҳосил бўлган MoO_3 ишқорлаш бўлимига қайтариледи.

Бу буглатиш жараёни узоқ вақт давом этганлиги ва буглатишда олинадиган кристаллар тоза бўлмагани учун саноат корхоналарида кам ишлатилади.

Нейтраллаш усули. Бу усулда молибден полимолибдат ҳолида ажратиб олинади, чунки тоза ҳолида кристалланади. HCl билан нейтраллаш натижасида аммоний молибдат эритмасининг pH муҳити ва температурасини ўзгаришига қараб турли таркибдаги полимолибдат ажралиб чиқа бошлайди.

Ишлаб чиқариш корхоналарида полимолибдат тузларини чуқтириш учун эритмадаги MoO_3 концентрацияси 280—300 г/л бўлиши керак. Полимолибдатни чуқтириш учун эритма 55—65°C гача қиздирилади ва унга аста-секин хлорид кислота аралаштирилиб ($\text{pH}=2—3$) турилади. Натижада 96—97% молибден 2 молекула сувли тетрамолибдат ҳолида чўкади. Бу гидролизланиш реакцияси натижасида қуйидаги



чўкма ҳосил бўлади. Чўкма тезда филтрланиб ажратиб олинади. Чунки кристалларнинг нордон эритма билан кўпроқ туриши натижасида сувсиз тетрамолибдат $(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot \text{MoO}_3$ ҳосил бўлиб, уни филтрлаш анча қийинлашади. Филтрлаб уни сув билан ювилгандан сўнг, кристаллар таркибида вольфрам ионларидан ташқари, бошқа ионлар (Cu , Ni , Zn , Sb , Ag , Mg , P , S ,) бўлмайди. Бундан ташқари, чўкмада 0,2—0,4% гача хлор ионлари қолади. Шунинг учун олинган полимолибдат кристаллари қайта кристалланади. Бунинг учун кристаллар 3—5% ли аммиакли эритма билан 70—80°C да ишланади. Зичлиги 1,41—1,42 бўлган тўйинган эритма ҳосил бўлгандан сўнг, у 15—20°C гача совутилади. Шунда эритмадаги 50—60% молибден паромолибдат аммоний $3(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 7\text{MoO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ҳолида кристаллга айланади. Эритмада қолган молибден қайта кристаллашда ишлатилади. Эритма қайта ишланиши натижасида ундаги ара-

лашмалар миқдори оширилади ва қолган нордон эритмада 3—4% Мо бўлиб, бу эритма pH=2 га келтирилган ҳолда узоқ сақланади. Натижада турли таркибли аморф ҳолдаги полимолибдат кристаллари чўкмага тушади ва улар аралашмадан тозалаш бўлимига юборилади. Охирги нордон эритмадаги молибден миқдори 1% атрофида бўлади ва бундан молибден ионитлар билан сорбция қилиш орқали ажратиб олинади.

28-§. Ишқорлаш натижасида ҳосил бўлган чиқиндилардан молибденни ажратиб олиш





Юқорида кўрсатилган технологиядан маълумки, куйдириш жараёни ва концетратнинг таркибига қараб оксидланган сўнгги ишқорлаш натижасида ажратиб олинган чиқиндилар таркибига 5% дан 25% гача молибден бўлиши кўрсатилган эди. Бу чиқинди таркибига молибден темир, кальций молибдатлари, молибден (II) оксиди ва оксидланмайдиган молибденитлардан ҳамда қисман сув билан ювилмайдиган MoO_3 иони темир гидроксиди юзасига ютилган ҳолда бўлади. Чиқинди таркибига темир оксиди ва гидроксиди, кремнезём, айрим ҳолларда вольфрам (1—5% атрофида) шешит ёки вольфрамит минерали ҳолида бўлади.

Бундай чиқинди таркибигаги молибденни ажратиб олиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилади:


1. Содали куйдириш;
2. Сода эритмаси билан автоклавда ишқорлаш;
3. Кислоталар билан парчалаш.

Содали куйдириш

Бунда кул ҳолидаги молибден чиқиндиси сода билан аралаштирилиб хамирсimon масса ҳосил қилинади. У ўчоқда 700—750°C да 6—8 соат қиздирилади. Қуйидаги реакция борали.



244

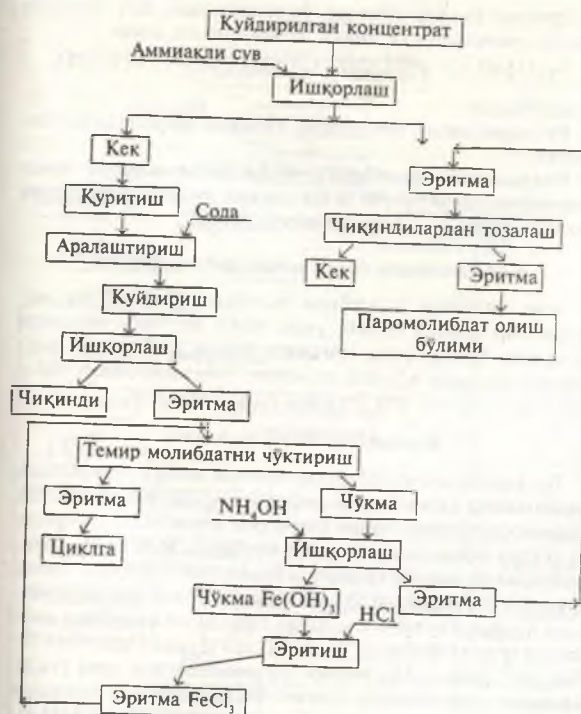


24- расм. Чиқиндилардан молибден олиш технологик схемаси.

Бу олинган куйинди сув билан ишқорланади. Сўнг эритмадаги чўкма — темир молибдати натрий молибдат эритмасидан ажратиб олинади. Чўкмага тушган темир молибдат аммиак билан парчаланади ва ҳосил бўлган молибдат аммоний бўлимига қайтарилади.

Эритмадаги темир молибдат темир хлорид ёрдамида pH = 3,4 — 5 да чўкмага туширилади. Ҳосил бўлган чўкмада Fe_2O_3 ва MoO_3 бўлиб, у $\text{Fe}_2(\text{MoO}_4)_3$ таркибига тўғри келмайди.

Эритма филтър-прессда филтърланади. Кек (қолдиқ чўкма) аммиакли сув билан ишқорланади, яъни



ҳосил бўлади.

Бу жараённинг технологик схемаси 24-расмда кўрсатилган:

Чиқиндилар таркибидаги молибденни ажратиб олиш умумий миқдори 93—94 % ни ташкил қилади. Ташландиқ чиқиндиларда 1—1,5 % молибден бўлади.

Сода эритмаси билан автоклавда ишқорлаш

Агар чиқинди таркибида молибден CaMoO_4 ва молибдатлар ҳолида бўлиб, унда MoO_3 ва MoS_2 миқдори жуда кам бўлса, сода эритмаси билан автоклавда ишқорлаш усулини қўллаш мумкин. Уни автоклавда 180—200°C да ва 12—15 атм босимда олиб борилади.

Кислоталар билан парчалаш

Бу жараён схема (25-расм) бўйича амалга оширилади. Чиқиндилар таркибида вольфрам 3—5 % дан кўн бўлса, уларни кислоталар билан парчалаш яхши натижа беради. Бу усулда чиқиндиларни қайта ишлашда 30 % ли HCl аралаштирилиб, жараён қиздириш билан олиб борилади. Бунда чиқинди таркибидаги ҳамма турлаги молибден бирикмалари хлорид кислотасида яхши эрийдиган молибден кислотаси ҳолида эритмага ўтади. Худди шундай эритмага темир, мис, кальций ва бошқа аралашмалар ҳам эриб ўтади. Чиқинди таркибидаги шеелит ва вольфрамит ҳолидаги вольфрам қисман эрийди. Кислотала эримай (парчаланмай) қолган вольфрам, SiO_2 , MoO_3 ва MoS_2 чўкмада қолади. Нордон аралашма (бутана)ни аммиакли сув билан $\text{pH} = 2,5—3$ гача нейтралланса темир молибдати молибден кислотаси билан аралашган ҳолда полимолибдатлар билан бирга чўкмага тушади. Эритмага эса кальций, қисман темир, мис ва бошқа аралашмалар қолади.

Чўкма филтърлангандан сўнг, у 580—600° С да MoO_3 ва MoS_2 билан бирга оксидланади. Ҳосил бўлган куйинди аммиакли сув билан ишқорланади. Бундай усулда чиқиндилар таркибидаги молибден 80—85 % миқдорда ажратиб олинади.



25- расм. Кислотали парчалаш усулида молибден олиш технологик схемаси.

29-§. Тайёр молибден маҳсулоти ва таниархи структураси

Молибденит концентратларидан молибденни аммоний паромолибдат ҳолида ажратиш олиш хомашё таркибидаги аралашма миқдорига, қўлланилаётган технологияга ва технологик шарт-шароитга боғлиқ. Шунга кўра, корхоналарда олинадиган молибден миқдори 93 % — 95 % ни ташкил қилади. Шундан 1—1,5 % и технологик оксидлашда, 2—2,5 % и куйиндини ишқорлашда, 3—2 % и эса эритмани аралашмалардан тозалашда ва аммоний паромолибдат олишда йўқотилади. Аммоний паромолибдат таннархи структурасини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, маблағнинг асосий қисми хомашё молибденит концентрати учун сарф бўлади. Шунинг учун таннархни камайтиришнинг асосий йўналиши молибден ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришни тақозо этади. Бунинг учун механик ишлов беришдаги чанг ютувчи жихозларни яхшилашни, оқава ва нордон эритмалар таркибидаги молибден ажратишни кўпайтиришни ва оксидлаш жараёни учун бошқа усулларни қўллашни ҳамда уларни такомиллаштиришни кўрсатади.

1 тонна аммоний паромолибдат ишлаб чиқаришни тахминий таннархи структураси % ҳисобида молибден ишлаб чиқариш цехи учун:

1. Молибденит концентрати, хомашё	91,8
2. Асосий материаллар: аммиакли сув хлорид кислотаси ва бошқалар	2,0
3. Қўшимча материаллар: филтрлаш полотнолари, бронзали сеткалар, фанерлар, ўрамли қоғозлар ва бошқалар	0,2
4. Энергетик чиқимлар: электроэнергия, ёқилғи, буғ сув	1,1
5. Туланадиган маошлар	1,72
6. Цех ҳаражатлари	3,18
Цехнинг таннархи	100


Бошқа турдаги концентратларни қайта ишлаш усули

Бошқа турдаги концентратлар мис-молибден рудалари ва оралиқ моддалар бўлиб, уларнинг таркибида молибден билан бир қаторда кўп миқдорда темир, мис ва бошқа аралашмалардан ташкил топган бўлади. Бундай концент-

ратларда молибден повеллит ва молибдит шаклида ҳам бўлиши мумкин.

Бошқа турдаги концентратларда молибденнинг миқдори тахминан 20 % бўлиб, унинг таркибида мис ва темир жуда кўп бўлади.

Мис-молибден рудаларини бойитиш натижасида олинадиган бошқа турдаги концентратлар таркиби тахминан қуйидагича бўлади: 15—20 % Мо, 3—5 % Cu, 10—15 % Fe, 20—25 % S. Таркибида повеллит бўлган бошқа турдаги молибден концентратидида 5—6%

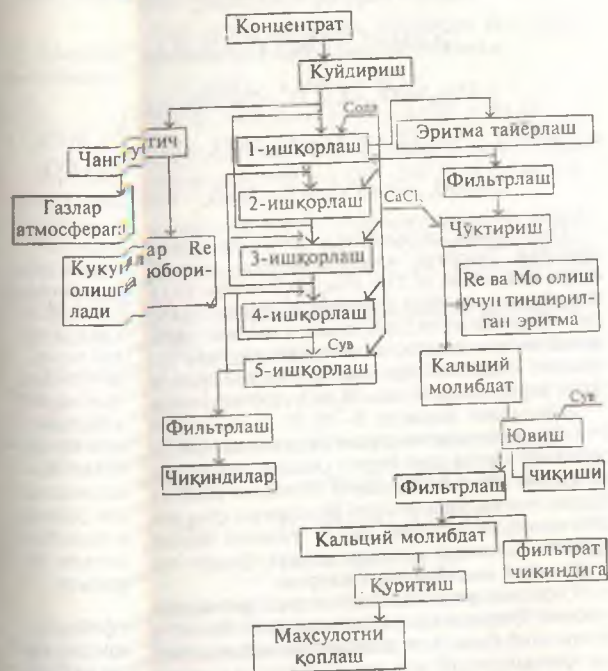





26-расм. Бошқа турдаги концентратларни қайта ишлаш технологик схемаси.

молибден бўлади. Бундай концентратлар, асосан оксидлаш жараёни ва сода эритмаси билан ишқорлаш, шунингдек, улардан техник кальций молибдлати олишга асосланган бўлиб, унинг технологик схемаси 26-расмда берилган.

Бу концентратлар оксидлаш жараёнидан сўнг содала эритма билан ишқорланади. Чунки куйинди таркибидаги ҳамма молибдатлар осон парчаланadi.

Ишқорлаш

Сода эритмаси билан ишқорлаш натижасида куйидаги реакциялар содир бўлади:



Ишқорлаш натижасида эритмага маълум миқдорда кремний, фосфор, мишьяк, қисман мис (беқарор комплекс ҳолдаги $x\text{CuCO}_3 \cdot y\text{Na}_2\text{CO}_3$) эриган ҳолда ўтади. Ишқорлашнинг охириги босқичида эритма нейтрал ёки кучсиз ишқорий муҳитда бўлгани учун **мис карбонати** парчаланиб кетади ва асосли **мис карбонатлари** ҳолида чўкмага тушади. Худди шу шароитда эритмадаги кремний ҳам гидролизга учраб (Na_2SiO_3 дан H_2SiO_3 га ўтади) чўкмага тушади.

Ишқорлаш жараёни 8—10 % ли сода эритмаси билан 4—5 босқичда қарама-қарши йўналишда олиб борилади. Жараёни бу тарзда олиб бориш содадан унумли фойдаланишни ва эритма $\text{pH} = 8\text{—}8,7$ ларда бўлишига олиб келади. Ҳосил бўлган эритма филтрланиб бўлганидан сўнг унинг таркибидаги молибден 1 литрда 50—70 граммни ташкил қилади. Ва бу эритма кальций молибдат ҳолида чўкмага туширилади.



Кальций молибдатни чўктириш

Чўктириш учун кальций хлорид эритмасидан фойдаланилади. Чўктириш жараёни эритмани 80—90° С қиздириш билан олиб борилади. Кальций молибдатнинг тулиқ чуқиши эритманинг pH ига, кальций хлорид миқдорига ва эритмадаги молибден миқдорига боғлиқ. Кальций молибденни 97—98 % чўктириш учун жараён кучсиз ишқорий шароит-

да кальций хлорид 10—15 % кўпроқ бўлган ҳолда олиб борилади. Ҳосил бўлган оқ майда кальций молибдат кристаллари сульфатлардан сув билан ювиб ташланади ва 600—700° С да қиздирилади. Филтрлаб олинган нордон эритма таркибида тахминан 1 % молибден қолади, уни ионитларда адсорбциялаб ажратиб олинади. Ионитлардан аммиакли эритма билан десорбция қилинади. Десорбция қилинган эритмадаги молибденнинг концентрацияси 50—70 г/л ни ташкил қилади.

30-§ Молибден (III) оксидни олиш

Молибден (III) оксид молибден кислотаси ёки паромолибдат аммонийни қиздириш орқали олинади:





Молибден кислотаси 500—550° С ўзидаги сувни йўқотadi. Парамолибдат аммоний эса 250—280° С да тулиқ парчаланadi.

Бу жараёнларни олиб бориш учун корхоналарда қиздириш ўчоқлари ишлатилади (молибден кислотасини қиздириш ўчоғидаги температура 450—500° С ни ташкил қилади).

Молибден (III) оксидни водород иштирокида қайтариш

Молибден (III) оксиди водород, углерод, углеродли тузлар ва металлотермик йўл билан қайтарилади. Ишлаб чиқаришда асосан водород билан қайтариш усули кўп қўлланилади.

Молибден (III) оксиди уч босқичда қайтарилади.



Бу ҳамма реакциялар учун мувозанат константаси сув буғи парциал босими билан водород газ парциал буғ босимлари нисбати орқали ифодаланади:

$$K_p = \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}}{P_{\text{H}_2}}$$

(1) ва (2) реакциялар учун $400-700^{\circ}\text{C}$ да мувозанат константаси молибден (III) оксидини қайтариш вольфрам (III) оксидини қайтаришга қараганда бир мунча юқори қийматга эга бўлади. Демак, бир хил шароитда $\text{MoO}_3 \rightarrow \text{MoO}_2$ учун ўтиш температураси $\text{WO}_3 \rightarrow \text{WO}_2$ дан пастроқ температурада боришини кўрсатади. (3) реакция — MoO_3 ни металл ҳолигача қайтарилиши юқори температурада содир бўлади. Шунга кўра, биринчи босқичда қайтарилиш жараёни паст, тахминан $450-550^{\circ}\text{C}$ да, охириги босқичдаги қайтарилиш жараёни эса $1000-1100^{\circ}\text{C}$ да амалга оширилади.

Ишлаб чиқариш шароитида молибден (III) оксидини қайтариш жараёни 2 ёки 3 босқичда олиб борилади.

Биринчи босқичда ($\text{MoO}_3 \rightarrow \text{MoO}_2$) $450^{\circ}-650^{\circ}\text{C}$ да, иккинчи босқичда ($\text{MoO}_2 \rightarrow \text{Mo}$) $650^{\circ}-950^{\circ}\text{C}$ да давом этади. Лекин ораликда молибден оксиди $0,7-2\%$ гача қайтарилмасдан қолади. Шунинг учун қўшимча — учинчи босқичда қайтарилиш $1000-1100^{\circ}\text{C}$ да олиб борилади ва молибденнинг металл ҳолидаги тўлиқ кукуни ҳосил бўлади.

Биринчи ва иккинчи қайтарилиш жараёни 9—11 хром-никелдан ясалган пўлат қувурли ўчоқларда, $1000-1100^{\circ}\text{C}$ да эса хромникель-пўлат қувурлари нихромли электр қиздиргичлар билан қопланган ўчоқларда олиб борилади.

ТАНТАЛ ВА НИОБИЙНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Тантал ва ниобий даврий системанинг V группасида жойлашган бўлиб, физик ва кимёвий хоссалари билан бир-бирига яқин туради. Улар руда хомашёларида биргаликда учрайди ва уларнинг металлургик жараёнлари бирга ўрганилади.

Тантал ва ниобий электрон-техника ва электровакуум техникасида ишлатилади. Бу элементлар радиотехникада, радиоокация ва рентген аппаратларда қўлланилади.

Улар газларни ютиш қобилиятига эга бўлганликлари учун радиолампарларда вакуум ҳосил қилишда ишлатилади. Тантал ва ниобий металлларидан «иссиқ арматуралар» — анодлар, сеткалар, катод қизиткичлари каби электрон лампалар ва кучли генераторларнинг лампалари тайёрланади.

Ҳозирги вақтда улардан электролитик конденсаторлар ва ток тўғрилагичлар ҳам ясалмоқда. Улардан ясалган конденсаторлар кичик ва ихчам бўлиб, катта ҳажмга ва

юқори изоляция қаршилигига эга (-80°C дан $+200^{\circ}\text{C}$ гача ишлатиш мумкин). Кичик (миниатюралар) конденсаторлар узатувчи радиостанцияларда, радар қурилмаларида ва бошқа ҳар хил мосламаларда ишлатиш мумкин.

Кимёвий машинасозликда тантал ва ниобий металлари ўзини кислотали ва бошқа муҳитларда ишлатиладиган конструкцион ускуналари коррозиядан сақлашда, шу асбобларни тайёрлашда ишлатилади.

Тантал ва ниобий конденсаторлар, иситувчилар, аппаратларни ўровчиларда, аралаштиргичлар (мешалкалар) ва бошқа қисмларни тайёрлашда ишлатилади.

Табиий ипак олишда филерларни тайёрлашда қўлланилади.

Атом техникасида тантал ва ниобий конструкцион материалларда ишлатилади, чунки, улар эриш температураси юқорилиги, яхши қайта ишланиши мумкинлиги, коррозияга қаршилиги ва ўзининг нейтронлар иссиқлигини кичик сиғимда торта олиш қобилияти билан ажралиб туради.

Ниобий 900°C да ҳам уран билан реакцияга киришмайди, шунинг учун ундан энергия берувчи реакцияларда иссиқликдан сақловчи ва изоляция қилувчи материал сифатида фойдаланилади.

Ўтга чидамли ва қаттиқ қотишмалар ишлаб чиқаришда тантал ва ниобийдан тайёрланган қотишмалар асосида реактив двигателларнинг газ чиқарувчи қувурларини ясашда ишлатилади. Улар иштирокида тайёрланган турли хилдаги қотишмалардан реактив двигателларнинг қисмларини тайёрлашда қўлланилади, масалан, турбиналар паракларини, қанотларининг олд қисмини, ракета ва самолётларни бурун (уч) қисмларини ва ракеталар қопламаларини улашда ишлатилади. Ниобий ва унинг қотишмаларини $1000-1200^{\circ}\text{C}$ да ҳам ишлатиш мумкин.

Тантал ва ниобий карбидлари қўшиб тайёрланган материаллар турли хил пўлатларни олишда ва қирқувчи мосламалар тайёрлашда ишлатилади. Тантал ва ниобий қўшиб тайёрланган пўлатлар коррозияга ва иссиққа чидамли асбоблар ва магнийли пўлатлар олишда ишлатилади.

Булардан ташқари, тантал ва ниобий (симлари ва листлари) тиббиётда — суяк ва пластик жарроҳликда (суякларни улашда, бош суякларининг синган бўлақларини улашда, ҳамда уларни тикишда) қўлланилади. Булардан ясалган материаллар тирик организм учун зарарсиздир.

Органик кимёда ниобий ва тантал, асосан моддаларни синтез қилишда катализатор сифатида ишлатилади.

31-§. Асосий рудалари ва концентратлари

Ер қобиғидаги ниобий миқдори $10^{-3}\%$, тантал $2 \cdot 10^{-6}\%$ ни ташкил қилади. Улар табиатда бирга учрайди ва 10 дан ортиқ минераллар таркибига киради. Ниобий ва тантал минералларини икки гурппага бўлиш мумкин.

1. Танталониобатлар — тантал ва ниобий кислоталарининг вакиллари бўлиб, бу танталит ва колимбит минералари ҳисобланади.


2. Титано (тантал) ниобатлар, титано ниобий (тантал) кислотасининг мураккаб тузлари. Бу группанинг ҳамма минералларида камёб ер элементлари бўлади. Гурппа минералларидан пироклор, лопорит, коппит, битафит ва бошқалар асосий минераллардир.

Қуйида тантал ва ниобийнинг асосий минераллар ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Тантолит — **колимбит**. Унинг таркиби $(\text{Fe}, \text{Mn})[(\text{Ta}, \text{Nb})\text{O}_3]_2$ формула билан ифодаланади. Демак, бу минерал изоморф ҳолдаги тўртта туздан ташкил топган: $\text{Fe}(\text{TaO})_2$, $\text{Mn}(\text{TaO})_2$, $\text{Fe}(\text{NbO}_3)_2$, $\text{Mn}(\text{NbO}_3)_2$.

Агар минерал таркибида ниобий кўп бўлса, у колимбит, тантал кўп бўлса танталит дейилади. Унда тантал ниобий оксиди 82—86% ни ташкил этади. Бу гурппа минералларига: фергюсонит — бу иттрий, эрбий ва церий элементларини тантоболитлари; самарскит — бу кальций, темир, иттрий ва церий элементларини танталониобатлари, стибиотанталит — сурьма тантолитлари ҳам киради.

Пироклор — иккинчи гурппа минерали бўлиб, у кимёвий таркибининг мураккаблиги билан ажралиб туради. У ниобий ва титан кислоталарининг натрий, кальций камёб ер элементлари билан ҳосил қилган [КЕЭ] тузларидан иборат:



Худди шундай таркибли, фақат ниобий ўрнида тантал бўлган туз **микрولит** дейилади. Бу икки минерал табиатда бирга учрайди, унинг таркиби мураккаб ва ўзгариб туради.

Пироклор минералларига коппит минерали (кальций, натрий ва церий ниобати) ҳам киради.

Лопарит минерали кимёвий табиати билан натрий, кальций ва КЕЭнинг титалониобатларидир. Унинг формуласи $(\text{Na}, \text{Ca}, \text{Ce}, \dots)_2(\text{Ti}, \text{Nb})_2\text{O}_6$ бўлиб, унда: 39,2—40 % TiO_2 , 32—34% (КЕЭ) O_3 , 8—10% $(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$, 4,2—5,2% CaO , 7,8—9% Na_2O , 2—3,4% SrO , 0,2—0,7% K_2O , 0,2—0,7% ThO_2 бўлади.

Тантал ва ниобий концентратлари, асосан уларнинг рудалари гравитация ва флотация усули билан бойитилди.

Олинган танталли концентратнинг I навлигида 60—65% Ta_2O_5 ва 10% дан кам бўлмаган Nb_2O_5 ; II навлигида эса 40% дан кам бўлмаган Ta_2O_5 бўлади. Колумбит концентратининг I навлигида — 60% Nb_2O_5 ; II навлигида Nb_2O_5 50% дан кам бўлмайди.

Пироклор рудаларини бойитиш натижасида олинган концентратларда 37% дан кам бўлмаган $(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$, лопоритли рудаларнинг концентрацияларида 8% кам бўлмаган $(\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$ дан иборат бўлади.

Тантал ва ниобийли хомашёларнинг асосий ишлаб чиқарувчилари Бразилия, Конго, Нигерия, Мозамбик, Австралия, АҚШ, Норвегия, Германия ва Россия давлатлари ҳисобланади.

32-§. Тантал — ниобий концентратларини қайта ишлаш усуллари



Руда концентратларига 3 хил кимёвий бирикмалар: $(\text{Ta}_2\text{O}_5, \text{Nb}_2\text{O}_5)$ оксидлари, хлорли бирикмалари ва $(\text{K}_2\text{TaF}_7, \text{K}_2\text{NbF}_7)$ фторли тузларининг комплексларини олиш учун ишлов берилади.

Бу моддаларни ишлаб чиқаришда, технологик схема концентратларининг минералогик ва кимёвий таркибига қараб танлаб олинади. Танталит ва колумбит маъдан концентрати кислоталарда эримайди — парчаланмайди. Шунинг учун уларни парчалашда ишқор (KOH , NaOH) билан куйдириш ёки плавик кислотала парчалаш усули қўлланилади.

Титан — тантал — ниобий гурппа минераллари (лопорит, пироклор), танталит ва колумбитга нисбатан мустаҳкамлиги кам бўлгани учун, улар кислоталар (HF ва H_2SO_4) билан парчаланади.



Бу усул кўп тарқалган бўлиб, танталит — концентратларини қайта ишлашга асосланган. У қуйидаги асосий жараёнлардан иборат: қаттиқ суюлتما ва уни сув билан ишлаш.

Бу жараёнлар натижасида:




Худди шундай реакцияни $\text{Mn}(\text{TaO}_3)_2$ ва $\text{Mn}(\text{NbO}_3)_2$ лар билан ҳам ёзиш мумкин.

Қотишмага сув билан ишлов берилганда



Технологик жараёнда суюлتماдаги кислород иштирокида FeO ва MnO билан бирга Fe_2O_3 ва Mn_2O_3 лар ҳам ҳосил бўлади. Темир оксидлари суюлتماда $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ — феррит ҳолида бўлади ва сув билан ишлов берилганда парчаланadi:




Ишқор билан суюлتما ҳосил қилишда аралашмаларда кремний (SiO_2), қалай (SnO_2), вольфрам, алюмосиликатлар натрий гидроксиди билан эрувчан натрийли тузларини ҳосил қилади (Na_2SiO_3 , Na_2SnO_3 , Na_2WO_4 , NaAlO_2). Титан эса титанат натрий Na_2TiO_3 ёки эримайдиган Na_2TiO_5 ҳосил қилиб тантал ва ниобий билан чўкмада қолади.

Агар жараёни ишқор миқдори бир мунча ортиқча бўлган ҳолда олиб борилса, унда натрий-ниобий ёки танталатлар тўлиқ чўкмада қолади. 1% ли натрий ишқори эритмаси ишлатилса, натрий-ниобий $7\text{Na}_2\text{O} \cdot 6\text{Nb}_2\text{O}_5 \cdot 32\text{H}_2\text{O}$ 90°C да 1 г/л эрийди. Шунинг учун жараён 5% дан кам бўлмаган ишқор эритмаси билан амалга оширилади.


Ҳосил бўлган сувли эритма тиндирилади ва чўкма бир неча марта 5% ли NaOH аралашган иссиқ сув билан ювилади, чунки бунда тантал ва ниобий эритмага ўтиб кетмайди.

Чўкма ниобий кислотаси билан парчаланadi.

Чўкма қиздирилган хлорид кислота (20% ли) билан парчаланadi, тантал ҳамда ниобийнинг гидратланган оксидлари ҳосил бўлади:



Темир ва марганец оксидлари кислотада эриб, уларнинг хлоридлари ҳосил бўлади:



Натрий титанат кислотада эриб титан кислотасини ҳосил қилади. (H_2TiO_3 ва Na_2TiO_3 қисман эрийди), чўкмада асосий қисми тантал ва ниобий қолади.

Чўкма иссиқ сув билан темир ва марганец тузларидан ювиб ташланади. Ювилган чўкма филтрланади ва 100—120°C да қурилади. Қурилган гидратланган тантал кукунида 20—25% сув бўлади. Олинган бу кукун таркибида 96—99% (Ta , Nb) $_2\text{O}_5$, 0,1—0,5% SnO_2 , 0,5% гача SiO_2 , 0,5—1% TiO_2 , 1% гача FeO + MnO бўлади. Ҳосил бўлган оксид аралашмаси тоза бирикмалар олиш учун юборилади.

33-§. Тантал ва ниобийни аралашмалардан тозалаш технологияси

Тантал ва ниобий элементларининг физик-кимёвий хоссалари бир-бирига жуда яқин. Уларни ажратиш эса мураккабдир.


Саноатда тантал ва ниобийни ажратиш учун икки усул қўлланилади.

1. Органик эритувчилар билан экстракциялаш.
2. Комплекс фтор тузларини касрли кристаллаш.


Бундан ташқари, корхоналарда — хлоридли бирикмаларнинг турлича ҳайдалишига қараб, танлаб қайтарилишига (беш валентли ниобий хлоридни энг паст валентли хлоридларига) ва ион алмашувчи смолаларда ютиш қобилиятига қараб ажратилади. Ион алмашиниш жараёнидан тоза тантал ва ниобийни олишда ишлатилади.

Фторли комплекс тузларни касрли кристаллаш технологияси

Бу усулда, асосан калий фтортантал — K_2TaF_7 ва калий фтороксиниобий — $\text{K}_2\text{NbOF}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ни эрувчанлигига қараб ажратилади. Бу моддаларнинг кристалл тузилиши ҳам катта аҳамиятга эга.



27-расм. Калий фтортанталат ва фтороксиниобат тузларининг 1% ли плавик кислотаси ва температура узгариши билан эриши.





28-расм. Турли концентрацияда плавик кислоталарда тантал ва ниобийнинг фторли комплексларини (25°Cда) эриши.



Қуйидаги расмларда бу хил тузларнинг плавик кислотада эришини температурага ва кислота концентрациясига боғлиқ ҳолда узгариши кўрсатилган (27- ва 28- расмлар).

27-28 расмлардан кўриниб турибдики, 1% ли HF кислотасини турли температура оралиғида ниобий тузини эриши тантал тузидан 10—12 марта ортиқлигини кўрсатади. Худди шундай плавик кислота концентрацияси узгариши билан (28-расм) эса ниобий тузининг оптимал эриши ≈7% HF кислотасига тўғри келади. Шунинг учун юқоридаги расмларда аниқланган оптимал шароитларда уларни касрли кристаллаш орқали ажратиб олиш мумкинлиги кўрсатилди. Назарий ҳисобларга суянган ҳолда тантал ва ниобий оксидлари қуйидаги технологик схема орқали касрли кристаллаш усули билан ажратиб олинади. Бунинг учун ҳўл ёки 100—120°C да қурилган тантал ва ниобий оксидлари аралашмаси концентрланган (35—40%) плавик кислотада эритилади (назарий ҳисоблашга кўра кўпроқ олинади).

Унда



Эритиш жараёни 70—80°C да олиб борилади. Эритма тиндирилади, сўнг пахтадан ёки перхлорвинил матоли филтрдан ўтказилади. Ҳосил бўлган эритмага KCl ёки K_2CO_3 солиб, тантал ва ниобийнинг комплекс тузлари чўктириб олинади.



Эритмадан тантал тузининг кристаллари совутиш ва филтрлаш усули билан ажратиб олинади. Кремний 50% гача титан ва қисман ниобий (5—6% Nb) фторли тузлар ҳолида танталнинг фторли тузи билан бирга чўкмага тушади. K_2TaF_7 кристалларини тозалаш учун 1—2% HF бериш билан қўшимча кристалланади, олинган фтор танталит калий тузида 0,1—0,3% ниобий, ≈ 0,3% кремний, ≈ 0,2% темир, 0,01—0,02% гача титан бўлади. Филтрланган эритма буглатилиб, совутилади ва $\text{K}_2\text{NbOF}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$ тузи кристаллари ажратиб олинади. Бу ҳам қайта кристаллаш орқали тозаланади.

34-§. Экстракциялаш усули

Сўнгги йилларда гидрометаллургияда экстракция жараёни кўп ишлатилмоқда. Бу жараён сувли эритмалардан модда ва модда бирикмаларини органик эритувчилар иштирокида ажратиб олишга асосланган. Сувли ва органик эритувчи бир-бирига қўшилганда сувли эритмадаги моддаларнинг ҳар икки фаза бўйича тарқалиши экстракция дейилади. Маълум вақтдан сўнг ҳар икки фаза уртасида мувозанат қарор топади. Мувозанат вақтида моддаларнинг тақсимланиши тақсимланиш коэффициентини (D) билан тавсифланади. Уни қиймати органик фазадаги модда концентрацияси билан сувли фазадаги концентрациялар нисбати орқали аниқланади:

$$D = (C_{\text{орг.ф}})/(C_{\text{сув.ф}})$$

Тақсимланиш коэффициенти эритувчининг табиатига, ажратиб олинadиган моддалар концентрациясига, эритма муҳитига, температурага ва эритмада бошқа моддаларнинг бор ёки йўқлигига боғлиқ бўлади. Органик фазага, асосан сувли фазадан диссоциланмаган моддалар ўтади. Шунинг учун кучсиз электролитлар яхши экстракцияланади. Агарда сувли эритмада иккита модда бўлса, уларнинг ажралиши тақсимланиш коэффициентлари нисбати орқали ифодаланади ва бу қийматнинг ажралиш коэффициенти дейилади (β): $\beta = (D_1)/(D_2)$. Бу қиймат икки модданинг самарали ажралишини кўрсатади. Агарда β нинг қиймати 2 ва ундан катта бўлса, унда иккита моддани экстракция

усули билан ажратиш мумкин. Органик эритувчилар сифатида органик бирикмалар: эфирлар, кетонлар, спиртлар, аминлар, углеводородлар ишлатилади.

Эритувчилар ажратиб олиниши керак бўлган моддаларга нисбатан экстракциялаш қобилиятига ва ундан моддаларни қайтариш ҳамда сувда кам эрувчанлик хусусиятига эга бўлиши керак. Шу билан бирга сувнинг зичлигидан эритувчининг зичлиги кичик, қовушқоқлиги кам бўлиши керак.

Техника хавфсизлиги қоидаларига қўра эритувчи учувчан бўлмаслиги, зарарсиз ва қийин ёнувчи бўлиши керак. Булардан ташқари, органик эритувчи минерал кислоталарга чидамли ва уларни танлашда нархи арзон бўлиши керак.

Экстракция жараёнида икки хил — колоннаги ва аралаштириб-тиндирувчи асбоб ишлатилади. Колоннаги экстракторларда органик эритувчилар ва сувли эритмалар бир-бирига қарама-қарши йўналган бўлади: улар бир-бири билан тўқнашади. Экстрактор колонналари икки хил ясалади. Биринчи тур колонналарда тўқнашиш юзасини ошириш учун улар насадкалар (темир ҳалқачалар) билан тўлдирилади. Эритма ва эритувчи ўзаро юзалари билан тўқнашади ва экстракция жараёни тезлашади. Иккинчи тур колонналарда эса бир-бирига яқин тешикли тарелкалар ўрнатилади. Бу жараёнда ҳам тўқнашиш юзаси ортади.

Ҳар икки ҳолда ҳам эритмаларнинг тортиш кучи муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда қўзғалувчи (пульсация) ёки қўзғатувчи асбобларда экстракция олиб борилади. Бу усулда экстракция жараёни насадкали ва тешик тарелкали колонналардагига нисбатан экстракция жараёни 2—3 марта қўп бўлади.

Аралаштириб-тиндирувчи экстрактлар алоҳида хоналардан иборат. Бу аралаштиргич ва тиндиргич хоналар бир-бирига уланган бўлади. Аралаштирувчи хонада аралаштириб турувчи ускуна ўрнатиш бўлиб, органик ва сувли фазалар аралаштирилади ва у горизонтал икки бўлимдан иборат бўлади. Насос ёрдамида аралаштирувчи ускуна ишлаганда енгил фаза билан оғир фазалар аралашиб, горизонтал жойлашган бўлимлар орқали тиндириш бўлимига ўтади ва у ерда оғир ва енгил фазалар ажратиб олинади. Оғир фаза (сувли) билан аралашган енгил фазалардаги суёқлик баландлиги ва нисбати автоматик ўшлаб турилади.


Тантал билан ниобийни экстракция усулида ажратиш ва аралашмалардан тозалашда метилизобутилкетон ва трибутилфосфат энг яхши экстрагент ҳисобланади. Трибутилфосфат (ТБФ) метилизобутилкетонга нисбатан юқори

температурада қайнайди ва ёнади. Лекин зичлиги ва қовушқоқлиги катта (21-жадвал).

21-жадвал

Хоссаи	Метилизобутилкетон	Трибутилфосфат
Кимёвий формуласи	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{C}_4\text{H}_9$	$(\text{C}_4\text{H}_9\text{O})\text{PO}$
Қайнаш температураси	115,9°C	177 — 178(289°C да парчланади)
Зичлиги	0,80	0,97
Қовушқоқлиги	0,546	3,45
Учқун ҳосил қилиш температураси	≈ 27°C	≈ 145°C
Сувда эрувчанлиги, %	1,7 — 2,2	0,6

Экстракция қилинганда қуйидаги комплексларни ҳосил қилади



Демак, тантал ва ниобийнинг кислотали фтор комплекслари метилизобутилкетон билан оксоний тузларини — комплекс бирикмаларини ҳосил қилади. Бунда кислота водороди кетондаги кислород билан ўзаро бирикади. У оксоний тузлари ортиқча олинган органик эритувчиларда яхши эрийди. Тантал ва ниобийнинг фторли комплекс бирикмалари экстракциясининг тақсимланиш коэффициенти бўлиб эритмадаги плавик кислота концентрациясига боглиқ, ниобий плавик кислотанинг эритмадаги концентрацияси 4 моль/л дан кам бўлган қийматларида экстракцияланмайди. Агар экстракция жараёни юқори концентрацияли плавик кислотага озроқ сульфат кислота қўшиб олиб борилса, унда тантал ва ниобий органик фазага тулиқ ўтади, эритмада эса Fe, Mn, Ti, Sn каби аралашмалар қолади, чунки бу моддалар юқори концентрацияда экстракцияланмайди. Шундай қилиб, тантал ва ниобий уч босқичдан иборат экстракция усулида ажратиб олинади.


1) тантал ва ниобийни бирга экстракция қилган ҳолда аралашмалардан (Fe, Mn, Ti, Sn, Si ва бошқ.) тозалаш;

2) ниобийни органик фазадан сув билан рекстракция қилиб олиш;

3) сув ёки тузларнинг суви эритмалари (мас. NH_4F) билан тантални рекстракция қилиб ажратиш.

Экстракция қилиш учун тантал ва ниобий оксидлари 0,074 мм гача майдаланиб, 70 % ли HF кислотادا эритилади ва яхши эритма ҳосил бўлиши учун аралаштириб туриб қиздирилади. Ҳосил бўлган эритма 15 моль бўлгунча суюлтирилади ва филтрлаб олинади. Қўзғалувчан экстракция колоннасининг устки қисмидан тоза эритма, остки қисмидан эса экстрагент МИБК (метилизобутилкетон) юборилади. Органик қисмда тантал ва ниобий, сувли қисмда эса аралашмалар қолади (29-расм). Аралашмалар микдорини камайтириш учун колоннанинг юқори қисмидан асосий эритма билан бирга суюлтирилган сульфат кислота ҳам юборилади. Ҳосил бўлган органик эритувчи реэкстракция колоннасининг урта қисмига юборилади, сув билан ниобийни реэкстракция қилиш учун ниобий билан бирга плавик кислотанинг катта микдори сувли фазага ўтади. Шунинг учун танталнинг озроқ қисми ҳам сувли фазага ўтади. Бундан қутулиш учун чиқаётган ниобийнинг (сувли фазаси билан) колоннага берилмаётган тоза МИБК билан учрашади ва органик модда сувли эритмадаги тантални ўзи билан олиб кетади. Колоннани остидан чикувчи сувли эритмада, фақат ниобий бўлади. Қолган органик эритма кейинги реэкстракция колоннасига юборилади ва унда тантал реэкстракция қилинади. Реэкстракция қилинган ниобий ва тантал сув буғи ёрдамида ҳайдалади ва у экстракция қисмига қайтарилади. Сувли эритмаларга аммиакли сув қўшиб тантал ва ниобий чўктириб олинади, чўкмалар вакуум — филтрларда филтрланади ва улар гардишли ўчоқларда қиздириб оксидлари олинади (22-жадвал).

Булардан ташқари тантал ва ниобий хлоридларини ректификациялаб, хлоридли тузларини танлаб қайтариш, ионитларда сорбциялаш усуллари бўлиб, булар моддаларни олиш шароитига қараб қўлланилади. Ионитлар билан ажратиш усулида ЭДЭ—10П анионити қўлланилади, унинг ($=\text{NH}$) ва ($=\text{N}$) бектив группалари бўлиб, ион алма- шиниши $\text{TaF}_6^{2-} \rightarrow \text{TiF}_6^{2-} \rightarrow \text{NbF}_6^{2-}$ тартибида узгаради. Шу-

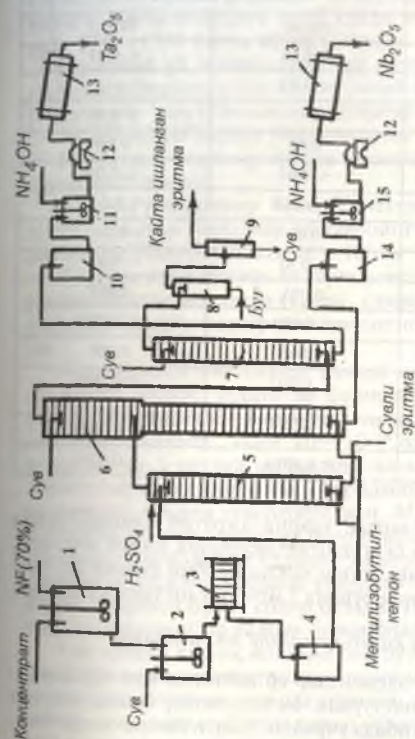

25. *рис.* Тантал ва ниобийнинг экстракция усулида ажратиб олиш технологияси схемаси.
1 — плавик кислотала эритилган концентрат эритмасы; 2 — тантал ва ниобийнинг биргаликда экстракциялаш колоннаси;
3 — ниобийнинг экстракция килиш колоннаси; 4 — танта: ни р экстракция килиш колоннаси; 5 ва 6 — бут билан
дайдан ускунаси; 7 — танталнинг йиғилуш мослама; 8 — Ta_2O_5 ни чуқурлаш ускунаси; 9 — филтратлар; 10 — қондиритш
чочқалари; 11 — йиғилуш мослама; 12 — Nb_2O_5 ни чуқурлаш ускунаси.

Экстракция патижасида ҳосил бўлган моддаларнинг таркиби

Элемент	Оксидлар миқдори, %	
	Nb ₂ O ₅	Ta ₂ O ₅
Zn	< 0,05	< 0,05
Ta	< 0,03	—
Nb	—	< 0,03
F	0,06	0,06
Fe	< 0,03	< 0,01
Ti	< 0,015	< 0,015
Si	0,01	0,01
W	< 0,01	< 0,01
Mi	0,005	0,005
Cu	< 0,004	< 0,004
Al	0,002	0,002
Mg, Co, Zn, Cr, Mn, Sn, V, Mo	< 0,002	< 0,002
Cd	< 0,005	< 0,0005
B	< 0,0001	< 0,0001

нинг учун ионитлардан уларни ажратиб олишда, аввал ниобий, титан ва сунг тантал десорбция қилиб олинади. Анионитни динамик ютиш ҳажми ниобий бўйича 10, тантал бўйича 7 ва титан бўйича 5 мг-экв/г ни ташкил қилади.

Тарқоқ камёб металллар технологияси

Тарқоқ камёб элементлар ер қобиғида кам тарқалганлиги билан ажралиб туради. Бу элементлар бошқа элемент минераллари таркибида учрайди. Улар изоморф ҳолда бошқа минералларни кристалл панжараларига ёпишган бўладилар. Уларни асосан чиқиндилар таркибидан ажратиб олинади. Шунинг учун уларнинг хомашёлари турли хилда бўлиши мумкин.

Биз бу бобда тарқоқ элементларнинг айримлари билан танишиб чиқамиз.

Германий elementi 1886 йилда А. Винклер томонидан арғиродит $4Ag_2S \cdot GeS_2$ минерали таркибида аниқланган. Германийга бўлган қизиқиш яримўтказгич электрон техникаси ривожланишига олиб келди ва уни ишлаб чиқариш 1945—1950 йилда йўлга қўйилди.

Германий уй температурасида мўрт бўлиб, 550°C дан юқорида деформацияланади. Германий кремний каби яримўтказгичлар электроникасида қўлланилади.

Германийнинг электр ўтказувчанлик хусусияти

Маълумки моддалар электр ўтказувчанлиги бўйича уч гурппага бўлинади.

1-группа ўтказгичлар. Буларга электр токини яхши ўтказувчи моддалар (металлар ва уларнинг қотишмаси) киради: электр ўтказувчанлиги 10^4 — $10^5 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ оралиғида.

2-группа изоляторлар. Буларга электр токини бутунлай ўтказмайди моддалар (кварц, слюда, асбест ва бошқ.) киради. Уларнинг электр ўтказувчанлиги 10^{-14} — $10^{-15} \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

3-группа яримўтказгичлар. Бундай моддаларга кремний, германий, селен, теллур ва бошқалар киради. Уларни электр ўтказиш қобилияти ўтказгичлар билан изоляторлар оралиғидадир, яъни 10^2 — $10^{10} \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$. Юқорида кўрсатилган 3-группа моддалари электр ўтказувчанлиги элементлар электронларининг жойлашуви назарияси (зона назарияси) орқали тушунтирилади. Маълумки, атомдаги электронлар аниқ энергетик поғоналарда (квантланган поғоналарда) жойлашган бўлади. Электронларнинг бир поғонадан бошқасига кўчиши, уларнинг захирадаги энергиялари ўзгариши билан содир бўлади. Ташқи қаватда жойлашган электронлар валент электронлар дейилади.


Ҳар қандай қаттиқ моддани бир бутун электрон системаси деб қараш мумкин, чунки қаттиқ моддаларнинг энергетик поғоналарини алоҳида олинган атомларнинг энергетик поғоналари сифатида қараш мумкин (атомнинг энергетик поғона энергияси сон жиҳатдан қаттиқ модда энергетик поғонаси энергиясидан фарқли бўлса ҳам). Шунга кўра, ҳар бир қаттиқ модда маълум даражада ёки электрон билан тўлган поғоналардан иборат бўлақлардан зоналардан ўтказувчи бўлақлардан (зоналардан) ёки ҳаракатланувчи бўлақлардан ташкил топади. Бу иккита бўлақ

(зона) тақиқланган булақлар чегаралари билан ажралган бўлиб, оралиқ масофаси ўтказувчанлик қийматини кўрсатади. Қуйидаги расмдан кўриниб турибдики, ўтказувчанлик, яримўтказувчанлик ва изоляторлар тақиқланган зона қиймати билан фарқ қилади.

Ўтказувчиларда тақиқланган бўлим (зона) бутунлай бўлмайди, шунинг учун барча тўйинган бўлинмадаги электронлар ўтказувчилар бўлимига осонлик билан ўтади. Изоляторларда эса тақиқланган бўлим кенг бўлиб электронларни III бўлимдан I бўлимга ўтиши учун жуда катта энергия керак бўлади, бу эса мумкин эмас. Шунинг учун бундай моддаларда ўтказувчанлик маълум қийматга эга бўлади. Яримўтказувчиларда қисқа тақиқланган бўлим бўлиб III бўлимдан I бўлимга электронларни ўтиши учун кам энергия сарф қилинади, яъни жисмни ёритиш, иситиш, электр қуввати бериш ва бошқалар керак бўлади.

Яримўтказувчиларда ўтказувчанлик икки хил бўлади — электронли ва тешикли. Ҳар иккала ўтказувчанлик айрим валент боғларини (иссиқлик ва ёруғлик таъсирида) бузилиши натижасида рўй беради. Агар жисмга электр майлон таъсир эттирилса, ундаги эркин ионлар маълум йўналиш бўйича электр токи ҳосил қилади. Бундай ўтказувчанлик электрон ўтказувчанлик дейилади.

Ташқи таъсир натижасида валент бўлимдаги битта электрон ажралиб чиқади ва унинг ўрни бўшаб қолади (уни тешилган ҳолат дейилади). Ҳамла у мусбат зарядланади. Электронлар ҳосил бўлган тешикларга ҳам келиб жойлашиши мумкин. Бундай ўзгаришлар, иссиқлик таъсиридаги тебранишлар натижасида содир бўлади. Бу эса янги тешикчаларни ҳосил қилади. Электр токи таъсирида эса аниқ

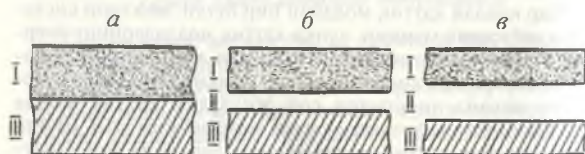

30-расм. Энергия зоналари: а — ўтказгичлар, б — яримўтказгичлар, в — изоляторлар. I — ўтказувчанлик зонаси, II — тақиқланган зона, III — валент (тўйинган) зона.

йўналиши бўлган тешикчалар ҳосил бўлиб, унинг қиймати мусбат зарядланган тешикли ўтказувчанлик дейилади.

Германийнинг ишлатилиши. У яримўтказувчанлик электрон техникасида кўп ишлатилади. Германий кристалл ток тўғрилагичлар (диодлар) ва кристалл ток қўтарувчилар (триодлар)ни ясашда ишлатилади. Бу диодлар ва триодлар оддий электрон чироқларига қараганда бир қанча афзалликларга эга. Масалан: улар учун сарфланадиган электр қуввати вакуум лампаларига қараганда кам сарф бўлади, уларни ишлаш хизмати анча кўп тебраниш ва урилишларга нисбатан механик мустаҳкамлиги ва ҳажми билан ажралиб туради. Германийдан ясалган ток тўғрилагичлар ва кучайтиргичларнинг бу хусусиятлари мураккаб ҳисоблаш машиналари, телемеханикада радар ускуналарида ишлатиш анча қулайликлар яратади.

Ҳозирги вақтда германийдан ясалган тўғрилагичлар радиотехникадан ташқари 1000—10000 А ва ундан юқори ток кучига эга бўлган юқори қувватли ўзгарувчан тоқларни тўғрилагичлар олишда ишлатилмоқда.

Германий диод ва триодлар олишдан ташқари термистерларни тайёрлашда ҳам ишлатилади. Улар температура-ни аниқ ўлчашга ёрдам беради, яъни ҳар қандай ўтми ён-гин температурасини, иссиқлик ўтказувчи қувурлар тем-пературасини, ҳар хил механизмлар температурасини автоматик сигналлаштиришда ва бошқаришда қўлланила-ди. Германий фотоэлементлар ва термоэлементлар тайёр-лашда кўп ишлатилади.

Германийнинг асосий хомашёлари. Германий сир қобиғи-нинг $7 \cdot 10^{-4}$ % ини ташкил қилади ва унинг асосий миқдо-ри турли сульфидли, силикатли минераллар таркибида уч-райди. Мис, темир, рух, қўрғошин сульфидлари аралашма-ларида германий миқдори 0,001 — 0,0001% бўлади. Табиатда германий қуйидаги минераллар таркибида кўп учрайди.

Аргиородит Ag_8GeS_6 — унда Ge 5—7% ни ташкил қи-лади.

Германит $\text{Cu}_3(\text{Fe}, \text{Ge}, \text{Ga}, \text{Zn}) (\text{As}, \text{S})_4$ тахминий форму-лага эга бўлиб, унда 6—8 % Ge, 6—8% Fe, 0,5—0,8 % Ga бор.

Рениерит $(\text{Cu}, \text{Fe})_3(\text{Fe}, \text{Ge}, \text{Zn}, \text{Sn}) (\text{S}, \text{As})_4$ да 6,37—7,8 % Ge бор. Бундан ташқари, германийнинг асосий ман-баи кўмир куллари ҳисобланади ва унда 0,001—0,01 % гача Ge бўлади. Кўмир ёқилганда қанча кам қул ҳосил бўлса,

шунча кўп германий бўлади. Айниқса метаморфли кўмирларда кам учрайди (масалан, антропоцитли кўмирларда йўқ ҳисобида).

36-§. Сульфидли хомашёларни қайта ишлашда германийнинг ҳолати

Полиметалл ҳолдаги сульфид рудаларини бойитиш натижасида рух, мис ёки мис-рух концентратлари таркибида германий йиғилиб, ўзининг хомашёдаги формасига боғлиқ бўлади. Германий сульфидли аралашмаларда изоморф ёки германит ҳамда рениерит минерали ҳолида бўлиши мумкин.

Рух ишлаб чиқариш саноатида рух концентратлари, аввал оксидланиш жараёнида, сўнг агломерик усул билан куйдириб олинади. 1200—1300°C да агломерация — куйдириш натижасида мишьяк, қўрғошин ва кадмий моддаларининг бир қисми германий билан газ (чанг) ҳолида учиб чиқади. Улар йиғилиб электр филтрларда ёки чанг юткичларда ушлаб қолинади. Ретарта ўчоқларида рухни дистилляция қилиш усулида германий юқори температурада қайнаб хусусиятига эга бўлгани учун ретарта қолдиқлари таркибида қолади. Улардаги германийнинг миқдори 0,01 дан 0,1 % гача бўлиши мумкин.

Гидрометаллургия рух ишлаб чиқариш усулида эса германий ишқорлаш натижасида ҳосил бўладиган кекларида бўлади. Рух сульфат эритмаларини электролиз қилиб олиш учун берилган эритмада германийнинг миқдори 0,1 мг/л дан ошмаслиги керак, чунки электролитик усул билан олинадиган рухнинг миқдорини камайтириб юборади.

Рух кекларини буглатиш (вельж жараён) усули билан олинган германий оксидлар ҳолида йиғилади. Бу эса GeO нинг учувчанлиги билан тавсифланади. Шундай қилиб, германий хомашёси рух ишлаб чиқариш саноатида ҳосил бўладиган агломерация чанглари, реторта қолдиқлари ва рух куйиндиларини ишқорлашда ҳосил бўладиган кеклари ҳисобланади.

Мис ишлаб чиқариш саноатида германий учун хомашё куйидагилардир. Шахталар ва нурли эритиш ўчоқларида ва конверторларда ҳосил бўлган чанглар, ҳамда буглатиш натижасидаги фьюминг шлаклари ҳисобланади. Ҳар доим шлакларда германийнинг миқдори чанггадига қараганда кўпроқ бўлади, лекин германийнинг чангларда йиғилиши шлакларнинг йиғилишига қараганда кўп бўлади.

Кўмирларни қайта ишлашда германийнинг ҳолати

Агар кўмир тўлиқ ёқилса, германийнинг асосий миқдори ҳосил бўлувчи шлак ва кулларда қолади. Масалан: 0,009% германий бўлган кўмир ёқилса унда германий куйидагича тарқалади:

шлакларда	51,7
кулларда	19,0
чангларда	0,25
германийнинг турли газлар билан йуқолиши	29,0

Агар кўмир кам ҳаво иштирокида ёқилса (газогенератор асбобларида) германийнинг тарқалиши бошқача бўлади, яъни унда германийнинг 75% и учувчан газлар (чанглар) да, 25% и шлак ва кулларда бўлади. Жараённинг бу ҳолатда бориши қайтарилиш муҳитида учувчан GeO (моноксис) нинг ҳосил бўлишидир. Германийнинг чангларда ва куйинкиларда ҳосил бўлиши айрим вақтларда 0,1% ни ташкил қилади. Масалан: ишлаб чиқариш корхоналарида GeO миқдори 0,29 — 1,24% ни ташкил қилади, чангларда эса 0,38 — 0,75% Ge_2O_3 дан иборат бўлади.

Кокс-кимёвий заводларда эса германий аммиакли сувларда ва смолали маҳсулотларда бўлиши мумкин.

Ҳар хил турдаги хомашёлардан германийни ажратиб олиш

Бошланғич хомашёнинг таркибига қараб, германийга бой бўлган материалларни — маҳсулотларни тайёрлашда турли усуллар қўлланилади. Қўпинча корхоналарда бойитилган маҳсулотлардан, асосан техник германий (IV) хлориди ишлаб чиқарилади, сўнг у тозаланadi.

Германий бўлган маҳсулотларга бирламчи ишлов бериш усуллари

1. Материалларни сульфат кислотаси билан ишқорлаш усули билан эритмалардан германий ажратиб олиш асосан сульфидли материаллар учун қўлланилади. Бундай усулда аввал материал куйдирилади, сўнг уни сульфат кислота билан ишқорланади. Унда эритмадаги қўрғошин ажралиб чиқади ($PbSO_4$ ҳолида). Сульфатли эритмага рух кукуни қўшилиб цементация (қотирилади) қилинади. Унда германий мис ва мишьяк билан бирга чуқмага тушади, эритмада эса кадмий ва бошқа металлар қолади.

2. Германий сульфиди (GeS) ёки моноокси (GeO) ҳолида учирши усули руда концентратларидан, чанглар таркибидан ёки бошқа хомашёлардан ажратиб олишда қўлланилади. Бунда сульфидлаш учун олтингугурт ёки пирит ишлатилади.


3. Сульфатлаш усулида маҳсулот ва сульфат кислота арашмаси $450 - 500^\circ\text{C}$ да қиздирилади ва олинган маҳсулот кучсиз сульфат кислота билан ишқорланади ва эритмадан германий ажратиб олинади. Бу усулда маҳсулот таркибидagi мишьякнинг асосий қисми қиздириш натижасида As_2O_3 ҳолида учиб кетади.

4. Натрий ишқориси билан суюлтириш усулида эритмада натрий германат ҳосил бўлиб, уни сув билан ишқорлаш натижасида сувда эрувчан моддалар эритмага ўтади. Ҳосил бўлган эритмадан, маълум рН оралиғида гидратланган германий (II) оксиди ажратиб олинади.

5. Мис ва темир бўлган материалларни қайтарувчилар билан суюлтма ҳосил қилиш усули, мис ёки темир қотишмалари таркибидa германийни бойитишга асосланган бўлиб, ундan германий ўз қотишмасидан хлорид кислота билан қайта ишлаш орқали ажратиб олинади.

37-§ Концентратлардан техник германий (IV) хлоридни олиш

2-10% германий бўлган бойитилган маҳсулотларга хлорид кислотаси билан юқорида курсатилган усуллардан фойдаланиш орқали ишлов берилади. Хлорид кислотанинг қайнаш температурасида таркибидa германий бўлган маҳсулотга ишлов берилса, GeCl_4 дистилляцияга учраб, улар конденсаторларда ушлаб қолинади ва эритмада бўлган қўпчилик элементлардан (Fe , Cu , Cd , Zn , Pb , Si ва бошқа) ажратилади. GeCl_4 билан бирга мишьяк ҳам учиб чиқади (AsCl_3 нинг қайнаш температураси 130°C). Демак, GeCl_4 билан бирга AsCl_3 ҳам дистилляцияга учрайди. Мишьякни эритмадан ажратиш учун As^{+3} дан As^{+5} гача хлор билан оксидлаш керак. Унда қуйидаги реакция боради, бунда




мишьяк кислотаси ҳосил бўлиб, у эритмада қолади. Конденсатланган GeCl_4 эса аралашмалардан тозалаш учун юборилади.

1. Рух концентратларини ўчоқларда қуйдиришда ҳосил бўладиган чанглардан германийни ажратиб олиш. Оксидлаш натижасида ҳосил бўлган қуйиндига кўмир ва флюслар қўшиб қуйдириш $1200 - 1300^\circ\text{C}$ да амалга оширилади. Бунда учиб чиққан германий чанглари қўрғошин ва кадмий билан бирга концентрланади. Ҳосил бўлган чанг сульфат кислота билан ишқорланади. Эритмага Cu , Cd , Zn , As ва Ge ўтади, қўрғошин — PbSO_4 ҳолида ажралади. Эритмага ҳисобланган миқдорда рух кукуни берилиб, цементация (қотириш) қилинади. Кадмийнинг асосий қисми эритмада қолади ва кадмий олиш учун юборилади. Ҳосил бўлган чуқма (цементланган) эритгилади ва яна қайта цементацияланади, натижада германийнинг миқдори $4 - 7\%$ бўлган концентрат ҳосил қилинади.

Германий концентрати қуритилади ва қуйдирилади. Қуйиндига концентрланган (қиздирилган) хлорид кислота билан ишлов берилади. Шундан сўнг, германий (IV) хлориди дистилляция қилинади ва муз билан совутилган конденсаторларда мишьяк ва хлорид кислота билан бирга ушлаб қолинади. GeCl_4 концентрланган хлорид кислотада кам эриганлиги учун конденсаторда иккита қават ҳосил бўлади: остки қаватда GeCl_4 бўлса, юқори қаватда HCl бўлади. Мишьяк эса устки ва остки қаватларда ўзарo тақсимланган ҳолда бўлади. Ҳосил бўлган германий (IV) — хлориди тозалаш учун юборилади (31-расм).


Бундан ташқари, германий мис концентратларидан ҳам ажратиб олинади. Маълумки, мис-рух-қўрғошин рудалари таркибидa германий германит ёки рениерит минераллари билан бирга учрайди. Бу рудаларни флотация усулида бойитиш натижасида қуйидаги таркибли мис концентратлари ҳосил қилинади: яъни концентратнинг ўртача таркиби $0,25\% \text{ Ge}$, $25\% \text{ Pb}$, $27,8\% \text{ Cu}$, $7,92\% \text{ Zn}$, $7,5\% \text{ As}$, $22,2\% \text{ S}$, $2,3\% \text{ Fe}$ бўлади.

Бундай концентратлардан германийни ажратиб олишда германий моносульфид ҳолида буғлатиш усули қўлланилиб, жараён нейтрал ёки қайтарувчи муҳитда ва маълум атмосферада концентратларни қиздириш орқали амалга оширилади. 800°C да H_2 ва CO атмосферасида Cu-Ge $90 - 93\%$ буғланади. Нейтрал атмосфера муҳитида эса $90 - 93\% \text{ Ge}$

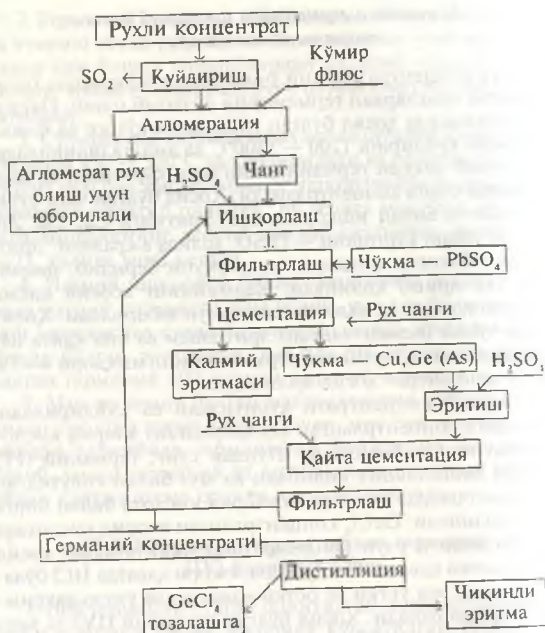

31-рasm. Германий олишнинг технологик схемаси.

ни буғлатиш 1000°C да олиб борилади. $800-900^{\circ}\text{C}$ да CO атмосферасида қўроғшин ҳайдалмайди. Мишьяк германий билан ҳайдалади ва шу атмосфера (CO) да қуйидаги реакция бўйича қайтарилади;



Элементар ҳолатдаги мишьяк осон ҳайдалади ва конденсатланади. COS — карбонилсульфид конденсаторлардан чиқиш жараёнида SO_2 ва CO_2 гача ёқиб юборилади. Олинган GeS куйдирилади ва у хлорид кислотада эритилиб, GeCl_4 олинади.

Мис концентратларни шахтада эритиш (суюлтириш) да ажралиб чиқувчи чанглардаги германий эса сульфатлаш орқали ажратиб олинади. Унда сульфатли куйдириш, сульфат кислотасида ишқорлаш, мишьякни оксидлаш ва уни чўктириш ҳамда германийга бойитилган маҳсулот олишдан иборат бўлади. Натижада олинган германийли маҳсулотга хлорид кислота билан ишлов берилиб, германий (IV) хлориди олинади.

38-§. Корхона газлари чангларидан германийни ажратиш олиш

Корхона чанглардан ҳамда қора қуя газларидан германий ажратиш олишда тўғридан-тўғри хлорид кислота-си билан ишлов бериб, ундан GeCl_4 ни дистилляция қилиш орқали ёки чангларни сульфат кислотаси билан ишқорлаш ва ундан германийни ажратиш усули бирмунча яхши натижа бериши мумкин. Агарда эритма таркибида германий кам бўлса, уни органик бирикмалар ишла-тиб, масалан, танин билан чўктириб олиш мумкин. Агарда эритмада германий миқдори кўп бўлса, унда германий дисульфиди ёки рух чанги билан цементация қилиб ажратиш олинади. Айрим ҳолларда, яъни германий кислоталар билан парчаланмайдиган бирикмалар ҳолида бўлганда кислота билан газлардаги чанглардан уни ажратиш даражаси камайиб кетади. Бундай ҳолда пирометаллургия жараёнлари билан парчаланшдан фойдаланилади. Унда икки хил усулдан фойдаланилади.

1. *Суюлтирмада қайтариш жараёни.* Бу усулда, масалан, $0,3-1,24\%$ GeO_2 ва $0,38-0,75\%$ Ga_2O_3 бўлган корхона газларидаги чангдан германийни ажратиш олишда қўлланилади. Чангда германийдан ташқари SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O бўлади. Чангларни суюлтмада қайтариш жараёнида мис оксиди кўмир ва сода, кварц қуми, лой-тупроқ оҳак қўшимчалари қўшилган ҳолда эритилади. Унда 90% Ge ва $50-60\%$ Ga суюлтмага ўтади. Бу қотишманинг ўртача миқдори $3-4\%$ Ge ва $1,5-2\%$ Ga дан иборат бўлади. Қотишмада бундан ташқари мишьяк, темир, қисман олтингурут ва бошқа аралашмалар бўлади.

Олинган қотишма темир хлорид эритмасига хлор газни қўшиб эритилади. Бунда темир хлорид эриш жараёни тезлаштиради. Эритмада ҳосил бўлган GeCl_4 дистилляция



32-Расм. Галмид олишнинг технологик схемаси.

қилинади. Дистилляция давомиди унга томчилаб концентранган хлорид кислотаси бериб борилади. GeCl_4 билан бирга оксидланмаган бир қисм AsCl_3 ва HCl ҳайдала бошлайди. Олинган германий (IV) хлорид тозалаш учун юборилади. Эритмадан германийни ҳайлаш (дистилляция) усулидан сўнг галлий ажратиб олинади (32-расм).

2. *Ишқорда суюлтириш.* Чанглар натрий ишқори билан пўлат қозонларда суюлтирилади, сўнг уни сув қуйиш билан ишқорланади. Эритмага германий ва галлий билан бирга силикат ва алюминий натрий утади. Эритмадаги кремний ва алюминийнинг асосий огирлик қисмини ажратиб олиш учун концентрацияси 0,2 н бўлгунча хлорид кислотаси билан NaOH ни нейтралланади. Ҳосил бўлган $\text{Al}(\text{OH})_3$ ва H_2SiO_3 чўкмалари филтрлаб олингандан сўнг, эритма $\text{pH} \sim 5$ бўлгунча нейтралланади. Унда $\text{Ge}(\text{OH})_3$ ва $\text{Ga}(\text{OH})_3$ ҳолида чўкмага тушади, чўкма филтрлаб ажратиб олинади. Галлий ва германий гидроксил хлорид кислотада эритилиб, уни дисульфид германий GeS_2 ҳолида чўктириб олинади. (H_2S нинг концентрацияси 4 — 5 н бўлиши керак). Айрим технологик схемаларда кам эрувчан магний герматларни ҳосил қилиш орқали ажратиб олинади.

39-§. Германий (IV) хлоридни тозалаш усуллари

Яримўтказгич электроникаси учун ўта соф германий олиш керак бўлади. Шунинг учун асосий кимёвий маҳсу-

лот бўлган германий бирикмалари аралашмаларидан тозаланиб олинади, айниқса бунда унинг таркибидаги мишьякдан тозалаш катта аҳамиятга эга.

Аралашмалардан тозалашда германий хлорид учун дистилляция усулидан фойдаланилади, чунки бошқа элементларнинг хлоридлари, германий хлориднинг қайнаш температурасидан юқори туради. Юқори тозалikka эга бўлган германий хлорид олиш учун ректификация ёки хлорид кислотаси билан экстракция усули ишлатилади.

Ректификация усулида тозалаш


Бу усулда германий хлоридни тозалашда насадкали колонкалардан фойдаланилади. Колонкалар кварц (пирекс) шишаларидан ясалган бўлиб, унинг насадкаси кварцли спирал (ўрамлар) дан иборатдир (сим диаметри 1,5 мм, сим ўрами диаметри 4 — 5 мм). Колонканинг баландлиги 1220 мм ва диаметри 25,4 мм бўлиб, 40 та тарелка (булак) дан ташкил топган. Колонкада 84°C да, ректификация усулида германий (IV) хлориднинг мишьякдан тозаланиш микдори 0,02 — 0,002% гача етади. Ректификация колонкаси мис булакчалари билан тўлдирилган бўлади. Ректификация колонкасида эритма дистилляция қилиниши натижасида германий ва мишьяк хлоридлари буг ҳолида қайнаб кутарилади. Ҳосил бўлган буглар мис булакчалари билан ўзаро реакцияга киришиб, мишьякнинг кимёвий бирикмаси — мис арсенидларини (Cu_3As_2) ҳосил қилади. GeCl_4 буглари қанчалик кўп мис булакчалари билан тўқнашса, шунча кўп микдорда Cu_3As_2 ҳосил бўлади ва GeCl_4 шунча кўпроқ тозаланади ва уни 0,0001% гача тозалаш мумкин бўлади. Колонкадаги дистилляция жараёни 12 — 15 соат давом этганидан сўнг, ундан германий хлориди ҳайлаш йўли орқали ажратиб олинади.

Хлорид кислотаси билан экстракция усулида тозалаш

GeCl_4 ва AsCl_3 ларнинг концентранган хлорид кислотада эришининг ҳар хил бўлиши, уларни хлорид кислота билан экстракция усулида ажратиб олишга эришиш мумкинлигини кўрсатади.

Агар экстракция жараёни Cl_2 гази билан тўйинтирилган хлорид кислотада амалга оширилса, мишьякдан тоза-

лаш самарали бўлиши мумкин экан. Унда эритмадаги AsCl_3 оксидланиб, мишьяк кислотаси ҳосил бўлишига олиб келади, яъни




Хлорнинг хлорид кислотадаги концентрацияси кўп бўлиши учун экстракция жараёни 0°C ёки ундан ҳам пастроқ температурада олиб борилади.

Агарда экстракция жараёни хлор газидан тўйинган $37,4\%$ HCl да икки босқичда амалга оширилса эритмадаги мишьякнинг бошланғич миқдори $\approx 0,01\%$ дан $\approx 2,4 \cdot 10^{-5}\%$


(мол) гача, тўрт марта (босқичда) экстракция қилинса $\approx 1,7 \cdot 10^{-5}$ (моль) гача камайириш мумкин. Экстракция жараёнини тўхтовсиз амалга ошириш учун насадкали колонкалардан фойдаланилади (унинг схемаси куйидаги 33-расмда кўрсатилган). Колонка шишадан ишланиб, уни ичига спирал ҳолидаги шишачалар солинган бўлади. Эритмадаги энгил фаза ($\text{HCl} + \text{Cl}_2$) колонканинг остки қисмидан, тозаланиши керак бўлган оғир фаза — германий N -хлориди юқори қисмидан колонкага юборилади. Тозаланган GeCl_4 колонкадан тўхтовсиз равишда колонкага олиб турилади.

Германий II оксидини олиш

Германий II оксиди германий ишлаб чиқаришда асосий хомашё ҳисобланади. Уни олиш учун тозаланган GeCl_4 гидролиз қилинади.

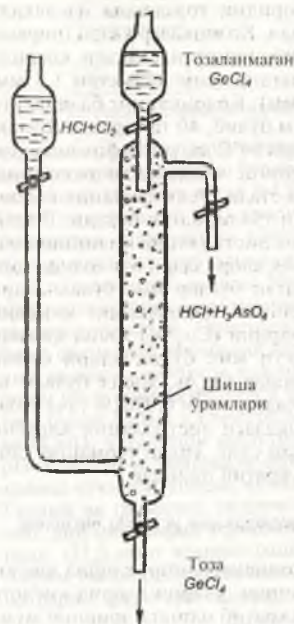

33-расм. Германий хлоридни мишьякдан экстракция усули билан тозалаш асбоби схемаси.




Гидролиз қилиш учун олинadиган сув ниҳоятда тоза бўлиши керак. Бунинг учун, аввал сув активланган кумирли колонкадан ўтказилади. Бунда сув таркибидаги органик моддалар ва коллоид зарралар ушлаб қолинади. Сунгра сув кетма-кет анионитли ва катионитли колонкалардан ўтказилади, унда сувдаги катион (Mg^{+2} , Ca^{+2}) лар ва анионлар (HCO_3^{-2} , SO_4^{-2}) ушлаб қолинади. Бундай тозаланган сувнинг солиштира қаршилиги 1 см^3 ууун $5 \cdot 10^6 \text{ ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ бўлиши керак. Германий хлоридни гидролиз қилишда кварцдан ясалган (пирекс ярамайди) ёки пластмассадан (полиэтилен) ишланган асбобларда олиб борилади. GeCl_4 маълум тезликда сувга маълум даражада қўшилади, чунки гидролиз натижасида эритмага хлорид кислота концентрацияси 5н миқдорда бўлиб туриши керак. Гидролиз олдин тез, сўнг секин боради. Реакцияни охиригача олиб бориш учун уни аралаштириб туриш лозим бўлади.



Олинган GeO_2 филтрланади, тозаланган сув билан спиртда ювилади, сўнг $150 - 200^\circ\text{C}$ да қуритилади. Натижада GeO_2 бутунлай сувсизланади. Қуритиш жараёни кварцдан ишланган патносларда муфель ўчоқларида амалга оширилади.

40-§. Германийни олиш

Германий германий (II) оксидни водород билан қайтариш натижасида олинади:



Бу реакция икки босқичда боради:



Реакция натижасида ҳосил бўладиган моноксид германий 700°C дан юқори температурада учиши мумкин. Шунинг учун бу жараён $600 - 685^\circ\text{C}$ да олиб борилади. GeO_2 ни водород билан қайтариш кварц ёки графитдан ясалган қувурли электр ўчоқларида олиб борилади.

Қайтариш жараёни тамом бўлгандан сўнг, жараён температураси 1000°C гача кутарилади (бундан мақсад,



34-расм. GeO_2 ни қайтариш шароити ва ундаги германийли қошиқчаларнинг ўчоқда ҳаракатланиши.


ҳосил бўлган германий кукунини суюлтиришдан иборатдир). Сўнг уни ўчоқлардан чиқариб олинади. Шу билан германий биринчи тозалаш усулидан ўтказилган бўлади. Қуйидаги 34-расмда GeO_2 нинг тахминий қайтариш шарт-шароитлари кўрсатилган.

Агарда жараён тўхтовсиз давом эттирилса, графит қувурли ўчоқларда ва графитли қошиқчаларда амалга оширилади.

41-§. Германий чиқиндиларини қайта ишлаш технологияси

Яримўтказгичлар (диод ва триодлар) тайёрлашда германийнинг монокристалл ҳолдаги қуйилмаларидан майда юпқа пластинкалар кесиб олинади. Бу пластинкалар $1 \times 1 \times 0,5$ мм ўлчамли бўлиши керак. Сўнг пластинкалар силлиқланади (шлифовка қилинади), уларнинг юзасида ҳосил бўлган оксид қатламлари ва ҳар хил ифлосликлар (травител) тозаланади. Натижада пластинкалар тайёрлашда кўп миқдорда ҳар хил кесилган, синган, силлиқлашда чиққан кукунлар ва маълум молдалар билан тозалашда ҳосил бўлган эритмалардан иборат германий қолдиқлари қолади.

Амалда қуйилмалардан пластинка тайёрлаш учун фақат уларнинг 20%и ишлатилади, қолган 80% и эса чиқиндига чиқади. Шунинг учун чиқинди ҳолидаги илақ, уларнинг майдаланган булаклари қайта ишлов бериш учун юборилади. Бундан ташқари, германий травит ва ювилгандан сўнг эритмадаги германий магний германати ёки бошқа бирикмалар ҳолида чуқтириб олинади.

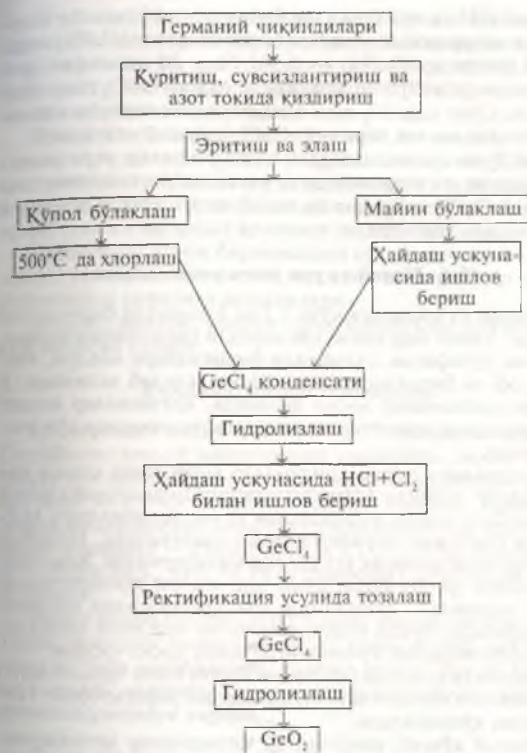

35-расм. Германий чиқиндиларининг қайта ишлаш технологик схемаси.

Германийнинг чиқиндиларини қайта ишлаш технологик схемаси 35-расмда келтирилган.

Бу технологик схемага кўра, германий чиқиндилари махсус ускуналарда қуритилади, сўнг азот токи иштирокида сувсизлантирилади. Олинган ҳар хил бирикмалар эритилади ва элақлардан ўтказилади. Ҳосил бўлган майин булақчаларга ҳайдаш ускунасида ишлов берилади, қўпол

булакчалар эса 500°C да хлор билан махсус ускунада хлорланади ва ҳар иккала усулдаги булакчаларга ишлов беришда ҳосил бўлган эритмалар конденсатлан ускунасига юборилиб, унлан, GeCl_4 олинади. Ҳосил бўлган GeCl_4 гидролизланади. Сўнг унга Cl_2 гази билан тўйинган хлорид кислотаси билан ишлов берилиб, GeCl_4 ажратиб олинади.

GeCl_4 ни аралашмалардан (AsCl_3) тозалаш учун ректификация усули ишлатилади ва дистилляция қилинган тоза ҳолдаги GeCl_4 гидролиз қилиниб, соф ҳолдаги германий (II) оксиди олинади.

42-§. Индий ва уни олиш технологияси

Индий ўз хоссасига кўра 1, 2 ва 3 валентли бирикмалар беради. Унинг бир қанча кислородли оксид бирикмалари, хлорли, сульфатли, сульфидли бирикмалари маълум. Индий соф ва бирикма ҳолида кўп ишлатилиб келинади. У асосан қопламалар ҳосил қилишда, қотишмалар ишлаб чиқаришда ва яримўтказгичлар электроникасида кўп ишлатилади.

Индийдан ясалган қопламалар коррозияга қарши материаллар олишда (самолётларнинг подшипникларини қоплашда), ҳамда нурланишни кучайтирувчиларни қоплашда (масалан, рефлексорларда) ишлатилади. Индийли қоплаш электролитик усулда амалга оширилади. Қопламалар ҳосил қилингандан сўнг, уни юқори температурада, яъни индийнинг суюқланиш температурасидан юқорида қиздирилади, бунда индий қопланган юза ички қисмларга диффузияланиб кучмайдиган қават ҳосил қилади.

Индийли қопламалар ўзидан нурни яхши тарқата олиш хусусиятига эга бўлгани учун, улардан рефлексорлар тайёрлашда қўлланилади.

Индий қўшиб тайёрланган қотишмалар металлари, шишалари, керамика ва кварцдан ишланган материаллари бир-бирига улашда уловчи модда сифатида ишлатилади. Масалан, $\text{In} - \text{Sn} - \text{Cd} - \text{Bi}$, $\text{In} - \text{Pb} - \text{Sn}$, $\text{In} - \text{Pb}$ қотишмалари ишлатилади.

Вакуум техникасида 50% In ва 50% Sn қотишмаси шишани шиша билан улашда уловчи модда сифатида ишлатилади.

Енгил суюқланувчан индийли қотишмалар, яъни унда 18,4% In , 40,7% Bi , 22% Pb , 10,6% Sn , 8,16% Cd ли қотишма ёнғиндан асраш қўнғироқларини ясашда ишлатилади.

Шу билан бирга индийли қотишмалардан 19% In , 71% Ag ва 10% Cd ясалгани ядро техникасида бошқарувчи стерген сифатида, 54 — 62 In , 8 — 16% Cd , қолгани Bi ли қотишмаси эса иссиқлик берувчи нейтронларни ушловчилар сифатида ишлатилади.

Яримўтказгичлар электроникасида эса индий метали германийли яримўтказгичлар қувватини ошириб бериш хусусиятига эга бўлганлиги учун тоза ҳолдаги индий аралашмаси бўлган германийли яримўтказгичлар тешикли яримўтказгичлар ҳосил қилишда ишлатилади.

Индийнинг айрим бирикмалари сульфидли оксиди, селенид, теллурид, антимонид, арсенил ва бошқалар яримўтказгичлар сифатида ишлатилади.

Бундан ташқари, уларни термоэлементлар тайёрлашда ҳам ишлатса бўлади.

Индийнинг асосий хомашёлари

Ер бағридаги индий миқдори 10⁻⁵% ни ташкил қилади. Индийнинг асосий минераллари учрамайди, лекин сульфидли рух минералларида, ҳамда рух ва қўрғошин сульфостанат ва сульфостантонат ҳолида учрайди. Қуйидаги бошқа моддаларнинг минералларида индий энг кўп миқдорда: клиндрит — $\text{Pb}_6\text{Sb}_2\text{Sn}_2\text{S}_7$ да 0,1 — 1% In , франксит — $\text{Pb}_6\text{Sb}_2\text{Sn}_2\text{S}_{12}$ да 0,1% In ва станинда CuFeSnS_4 да 0,1% In бўлади.

Индий ишлаб чиқаришнинг асосий хомашё базаси турли ишлаб чиқариш чиқиндилари ва ярим ишлаб чиқариш маҳсулотлари ҳисобланади. Буларга асосан рух ва қўрғошин ишлаб чиқариш корхоналарининг чиқиндилари ва яриммаҳсулотлари киради.

Рух ва қўрғошин ишлаб чиқаришда индийни ажратиб олиш усуллари

Рух концентратлари 850 — 950°C да куйдирилганда индийнинг асосий қисми рух куйиндилари таркибида қолади. Улар икки усулда — пирометаллургия ва гидрометаллургия усулида ажратиб олинади.

Рухнинг пирометаллургик ишлов бериш усули.

Бу усулда рух куйиндиси билан реторт ўчоқларида 1200 — 1300°C да кумир иштирокида қайтариш жараёни олиб

борилади. Қайтариш жараёнида рух дистилляцияга учраб суюқ ҳолида конденсаторларда чўкмага тушади. Реторт ўчоқларида агломерат ёки қотирилган (брикетланган) рух куйиндилари қайтарилганда ($1200 - 1300^{\circ}\text{C}$ да) $60 - 70\%$ индий рух билан дистилляцияга учрайди ва ундан $10 - 15\%$ In реторт ўчоқлари қолдиқларида қолади, қолган қисми эса буғланиш натижасида чанг ҳолида бошқа чиқиндиларда тақсимланади. Шунинг учун индийни асосий хомашёси пирометаллургия саноатида бирикмаларни кокс-лашда ҳосил бўлган чанглари ва ректификация усулида тозаланган қора рухта бўлади.


Гидрометаллургия усули

Бу усул рух куйиндилари кучсиз сульфат кислотада ишқорланиши, сульфатли эритмаларни аралашмалардан тозаланиши (Cu, Cd, Co, Cl) ва эритмалардан рухни электролитик усулда ажратиб олиш босқичларидан иборат бўлади. Куйиндилар нейтрал ёки кислотали шаронгта ишқорланади. Ишқорлаш натижасида индийнинг асосий миқдори куйиндининг эримайдиган булақларида қолади, бунга сабаб, нейтраллаш натижасида ($\text{pH}=5,2$ бўлганда) рух гидроксид ҳолида ажрала бошлайди. Маълумки, индий гидроксиди $\text{pH} = 4,67 - 4,85$ бўлганда тўлиқ чўкмага тушади. Демак, ҳосил буладиган рух чўкмасида (кекида) индий ва бошқа металллар — темир, галлий, германий гидроксидлари ҳам ажралиб чиқади. Кислотали ишқорлашда эса рухнинг асосий массаси эритмада, чўкмада эса индий, галлий, германий ва бошқа моддалар кек ҳолида қўроғошин сульфати билан бирга қолади. Индийнинг маълум қисми нейтрал ишқорлашда ва сульфатли эритмалар таркибида бўлади, чунки мис-кадмийли кекларда индийнинг бор эканлиги аниқланган. Демак, мис ва кадмийни цементация қилиш натижасида индий мис-кадмийли кекларда ҳосил бўлади.

Рух қолдиқларини қаттиқ ҳолдаги шихталари (вельн — жараёни) буғлатиш ёки суюқ шлақларига (фьюминг — жараёни) жараёнларда ишлов берилади. Ушланган буғлар (рух, қўроғошин, кадмий ва бошқа оксидлар) $40 - 65\%$ рух, $4 - 8\%$ қўроғошин, ва $0,3 - 0,4\%$ кадмийдан иборат бўлади. Буларда галлий, индий, германий металлари йиғилиб боради. Буларда индийнинг миқдори $0,001 - 0,1\%$ бўлади.

Худди шу миқдордаги индий мис-кадмийли кекларда бўлади. Шунинг учун гидрометаллургик усулда индийнинг асосий хомашёси буғлатилган (возгонлар) вельн — фьюминг жараёни ва мис-кадмий кеклариридир.

Гидрометаллургия усулида индий олишнинг технологик схемаси 36-расмда берилган.

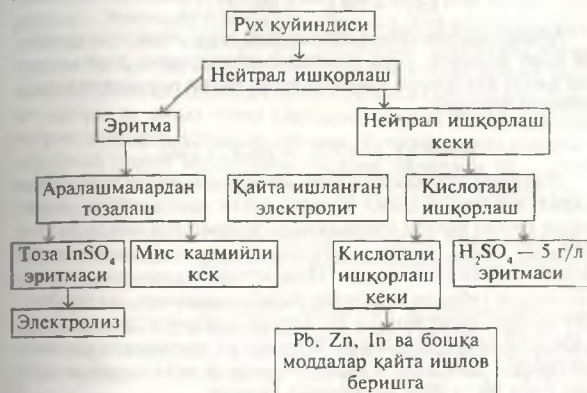

36-расм. Рух ишлаб чиқаришнинг гидрометаллургик схемаси.


Бирламчи индий олиш

Рух ёки алюминийли баркаш (поднос) ларда олдиндан бирмунча тозаланган эритмаларни цементлаш (қотириш) усули билан бирламчи — черновой индий олинади. Индийни тўлиқ цементацияси ва тезлиги эритмадаги индийни ва сульфат кислота (SO_4^{2-} ионлари) нинг концентрациясига боғлиқ бўлади.


Концентрация камайиши билан катод потенциали ҳам камаяди, унинг қиймати $E = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln C$ формула билан аниқланади. Бунда E_0 — нормал потенциал; C — эритмадаги ионлар концентрацияси; n — ионлар валентлиги; F — Фарадей сони.

Бу вақтда цементловчи ва цементланувчи металлларнинг мутлақ потенциаллари айирмаси қийматининг камайиши,

цементация жараёнининг секинланишига олиб келади. Эритмада ортиқча сульфат кислотасининг бўлиши, эса индийнинг катод потенциалининг электроманфий томонга силжишига олиб келади. Бу эса индийнинг сульфат ионлари билан комплекслар ҳосил қилиши орқали тушунтирилади.



Агарда алюминийни цементлаш хлор иони иштирокида олиб борилса, унда комплекс ионларнинг парчаланиши ҳамда алюминий юзасида юпқа оксид пардалари ҳосил бўлиши мумкин:



Индийни алюминий билан цементлаш натижасида осон ажралувчи чўкма ҳосил бўлади, рухли цементлашда ажралиши қийин бўлган чўкмякнинг эритмадаги миқдори кам бўлиши керак, агарда у кўп бўлса индийни цементация билан ажралиши камаёди. Цементация натижасида олинган индий губкаси сув билан ювиб ташланади ва уни брикет ҳолида прессланади ва натрий ишқорга ўралган қатламлар ҳолида суюкланади. Бошланғич эритмадаги аралашмаларнинг миқдори қараб, черновой металлдаги индий миқдори 96 — 99% ни ташкил қилади.

Черновой (қора) индийни ишлаб чиқариш технологик схемалари

Индийли маҳсулотлардан қора индийни ажратиб олишда юқорида биз кўриб ўтган усуллар билан концентратларни ва уларнинг аралашмаларини тозаланида олинади. Шундай технологик схемалардан бири вельц оксидлари иштирокида олишдир.

Таркибида тахминан 0,03 — 0,07% индий бўлган вельц оксидлари кислотали ишқорланади ва унда қўрғошин иони сульфат иони билан бирикиб PbSO_4 чўкмада қолади (рухли кек). Филтрланган эритма рух оксиди билан $\text{pH}=4,8$ — 4,9 гача нейтралланади, натижада таркибида 0,1 — 0,2% индий бўлган гидрат оксидли чўкма ҳосил бўлади. Бу жараён 2 — 3 марта, яъни рух оксиди билан нейтраллаш қайтарилади. Ҳосил бўлган бу чўкма ишқор эритмаси билан қиздириб ишлов берилади, натижада эритмага натрий галлати, алюминати, станнатлари ўтади, индий эса чўкмада

қолади. Бу чўкма сульфат кислотада эритилади ва эритмага темир кукуни ва рух сульфид қўшилиб мис ҳамда мишьякдан тозаланеди. Бунда мис, темир кукунлари билан цементацияга учрайди. Мишьяк ва бошқа металллар эса сульфидлар ҳолида йўқотилади.

Аралашмалардан тозаланган индий алюминийли подносларда цементланиб ажратиб олинади (95% индий ажралади). Эритмада қолган индийга эса, яна рух кукунлари қўшилади, сўнг уни сульфат кислотада эритилиб, ҳосил бўлган бу эритма технологик схеманинг бошланғич қисмига юборилади. Олинган индий губкаси (мачалкаси) брикетланади ва пулат тигел (қозонча) ларига ёйилган юпқа натрий ишқори устида эритилади. Бундай усулда олинган черновой (қора) металлнинг тозалик даражаси 98 — 99% ни ташкил қилади. Унинг технологик схемаси қуйида келтирилган (37-расм).

Худди шундай технологик схемалардан бири қора индийни (черновой) қўрғошинни рафинациялашда олинган қўрғошиндан олинади.

Қора индий рафинация қилинган қўрғошиндан ҳам олинади. 0,6—1,2% индийли қўрғошин кислород иштирокида рафинациялашга юборилганда қуйидаги оксидлар ҳосил бўлади: 2—5% ли In , 15—16% ли Zn , 73—74% ли Pb ва бошқа оксидларидан иборат бўлади. Бу оксидлар аввал нейтрал, сўнг кислотали ишқорланади (эритилади). Бунда қўрғошиннинг асосий массаси қаттиқ чўкмада қолади. 10 г/л индий ҳосил бўлган эритма, рухли подносларда цементланади. Улар натрий циан қатлами устида суялтирилади, ҳосил бўлган черновой металлда 94—96% In ва 0,3—1,5% Sn , 0,2—1,0% Te , 0,2—1,5% Zn , < 0,5% Cd , < 3% Pb аралашмаси бўлади.


Черновой (қора) индийни 90% миқдорда ажратиб олинади. Унинг технологик схемаси 38-расмда кўрсатилган.

Черновой (қора) индийни тозалаш. Олинган қора индийда қуйидаги аралашмалар — Cd , Pb , Al , Sn , Cu , Fe , Te ва бошқалар бўлади. Индийни яримўтказгич электроликасида ишлатиш учун уни тозалаш (рафинация қилиш) га катта аҳамият берилади ва амалда қуйидаги тозалаш усуллари ишлатилади.

- 1) танлаб цементлаш;
- 2) электрохимийвий усуллар;



37-расм. Велъц оксидларидан индийни олиш технологик схемаси

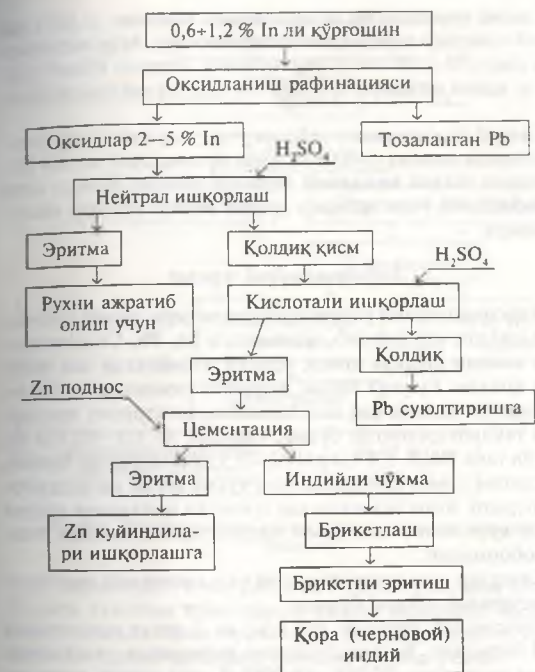


38-расм. Рух қорасини рафинациялашда ҳосил бўлган қўرғошин таркибидаги индийни ажратиб олиш технологияси.


- 3) кимёвий усуллар;
- 4) вакуумда дистилляциялаш;
- 5) зонали суюқлантириш ва куймани суюқлтамдан тортиб олиш.

Танлаб цементлаш усули

Бунда қора индий сульфат кислотада эритилади, сўнг элементлар нормал потенциалларининг турли қийматига

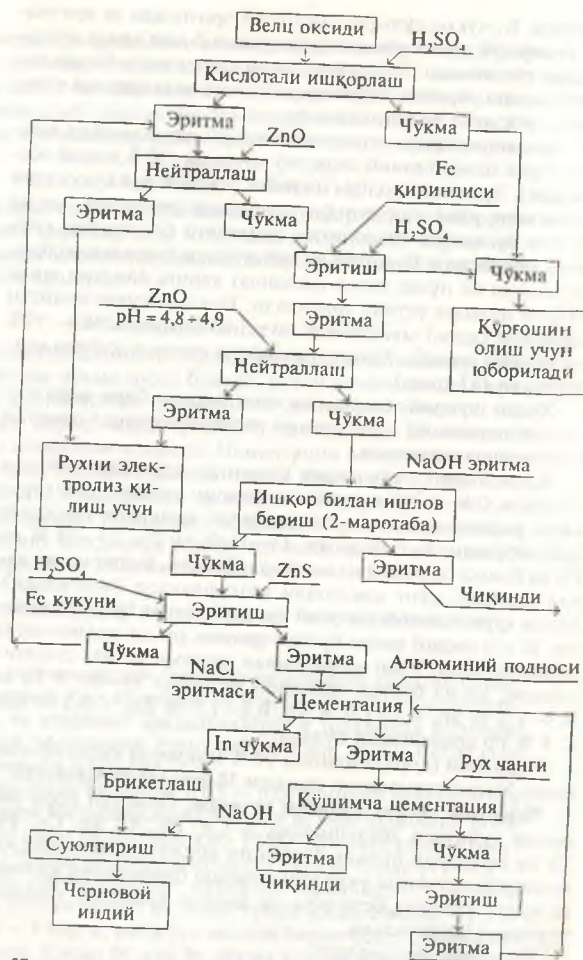

37-рasm. Вcльц оксидларидан индийни олиш технологик схемаси.

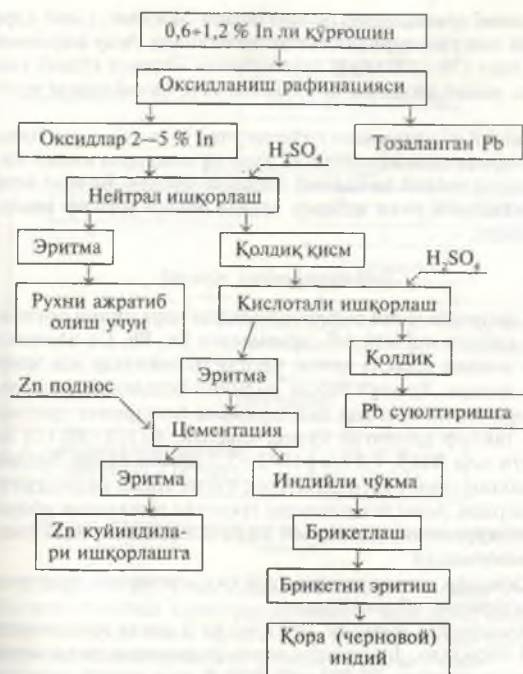

38-расм. Рух қорасини рафинациялашда ҳосил булган қўғошин таркибидаги индийни ажратиб олиш технологияси.

- 3) кимсвий усуллар;
- 4) вакуумда дистилляциялаш;
- 5) зонали суюқлантириш ва қуймани суюлтмадан тортиб олиш.

Танлаб цементлаш усули

Бунда қора индий сульфат кислотада эритилади, сўнг элементлар нормал потенциалларининг турли қийматига

асосланиб аралашмалар цементланади. Масалан, қалай қора индий пластиналарида цементлаб олинади. Агар жараёни узоқ вақт (70—100 соат) цементловчи метанат қўшиб ушланса, қалай миқдорини 0,003 г/л гача камайтириш мумкин.

Таллий ва кадмийдан тозалаш учун улар қуйма рух пластиналарида цементланади ва жуда оз миқдорда индий билан бирга таллий ва кадмий ажралиб чиқади. Бу усул анча мураккаблиги учун ҳозирги вақтда бошқа усуллар ишлатилмоқда.

Электрохимёвий усуллар

Электрохимёвий рафинациялашда қора индий эрувчан анод сифати ишлатилиб, эритмадаги Sn, Pb, Cu элементлари анодда шлакда қолса, қолган элементлар эса эритмада қолади. Бу усул билан индийни тозалашда электролит эритма ҳолида ҳар хил таркибли электролит эритмалари таклиф қилинган бўлиб, улардан: 40 г/л—60 г/л In, 100 г/л гача NaCl, 1,0 г/л pH=2—2,5 ҳайвон елими бўлган. Қўшилган елими катодда қаттиқ чўкма ҳосил қилишга ёрдам беради. Анод эса пахтадан туқилган қоллардан иборат бўлиб, қўрғошин, мис, қалай заррачаларини катодда ўтказиб юбормайди.

Катодлар тоза ҳолдаги индий ёки алюминий поднос — булакларидан иборат бўлади.


Электролиз жараёни 100 а/м² ва 2 вольт кучланишда олиб борилади. Бу электролитик рафинация икки марта амалга оширилса, 99,995—99,9999 % тоза индий олинади.

Агарда индийли эритмада таллий ҳам бўлса, унда уларни 39-расмда берилган схема билан ажратиш олиш мумкин.

Бу схемага кўра, биринчи босқич электролизда 80% таллий (тозалиги 99,9%), қолган 20% таллий, иккинчи босқич электролизда 10% индий билан тўлиқ ажралади. Таллийдан тозаланган эритмадан соф индий ажратиш олинади.


Кимёвий тозалаш усули

Ишқорли қаватдаги губкали индий эритиш орқали тозаланганда, аралашмадаги Pb, Zn, Sn, Al, Ga нинг бир қисми йўқолади (40-расм). Эритиш жараёни пулат тигел (қозон) ларда 320—350°C да олиб борилади. Агарда эри-



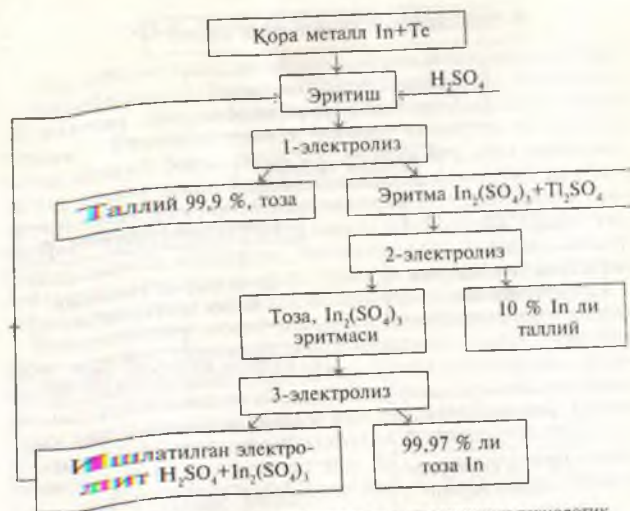



39-расм. Электрохимёвий усулда индий олишнинг технологик схемаси.

тиш жараёни 250°C да, ZnCl₂ ва NH₄Cl тузларини 3:1 нисбатдаги суялتما қаватларида амалга оширилса индийни соф тозалашда олиш мумкин. Бу усулда дастлаб тузли суялتماда таллий қуйидаги реакция бўйича ўтади.



Тузли суялتماда таллийнинг ҳаммаси ва индий қисман бўлади. Қолган қисмига туз қўшиб иккинчи марта қайтадан суялтирилса, индийнинг асосий қисми суялتماга (шлакка) кадмий билан бирга ўтади. Қолган қотишмага (шлакка) қалай, мис ва кумуш йиғилади. Шлакдан эса қўрғошин, индий ажратиш олинади, чунки у шлакда InCl — монохлорид ҳолида бўлади, яъни:




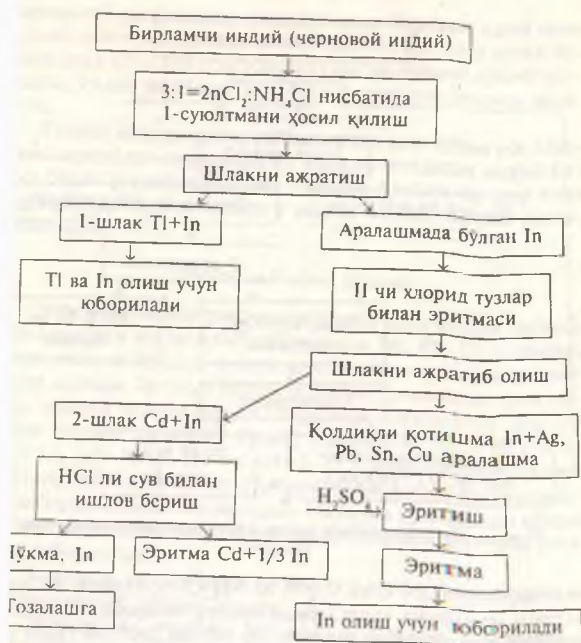

40-расм. Клемвий усулда индий олишнинг технологик схемаси.

Демак, индий тузли суюлتماга индий ди-хлорид ҳоли-ва соф индий билан бирикиб индий моно-хлоридга ай-нади.

Ундан тоза индий олиш ва кадмийдан тозалаш учун испропорциялаш натижасида шлакдан ажратиб олина-ди, яъни:




Бу усулда олинган индийнинг таркибида $10^{-4} \div 10^{-3} \%$ ни ташкил қилади.



43-§. Рений ва уш олиш технологияси

Рений метали ўзининг суюқланиш температураси бўй-ча вольфрамдан сўнг иккинчи ўринда туради. Зиқлиги бўйича тўртинчи ўринда (осмий, ирридий ва платинадан сўнг) туради. Ренийдан ясалган буюмлар қиздириш ва совутиш билан олиб бориладиган жараёнларда бир неча марта иш-латиш имконини беради, чунки улар иситилган ва сову-тилган вақтда ўз қаттиқлигини сақлайди. Рений электр лам-палари тайёрлашда электр вакуум асбобларида, юқори тем-пературага чидамли термодаралар ясашда, электр контактлари ясашда, ўтга чидамли ва қийин эрийдиган қотишмалар ва асбобсозлик соҳаларида кўп ишлатилади.

Ренийнинг асосий хомашёси молибден концентратла-рини қайта ишлашда ҳосил буладиган чиқиндилар. мис ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган бутана металлларнинг учув-чан чангларида иборатдир. Молибденит концентратларига қайта ишлов берилганда рений турли бирикмалар ҳолида булади. Минерал таркибидаги CaCO_3 билан реакцияга ки-ришиб, кальций перанат ёки Re_2O_7 оксидларини, MoS_2 билан бирикиши натижасида ReO_3 ва ReO_2 оксиди ҳолида булади



ёки



Мис концентратларини шахталарда суюлтириш натижа-сида эса 30—50 % рений чанг ҳолида рух, кўрғошин, кал-мий, таллий, германий, селен металл оксидлари билан бирга буғланади ва улар чанг ушлагичларда ушлаб қоли-нади. Айрим ўчоқларда эса 75 % гача рений чанг ҳолида учиб чиқади.

Молибден чиқиндиларидан ренийни олиш усуллари

Рений қуйидаги чиқиндилардан: чанглари сувли иш-қорлашда ҳосил бўлган эритмаларидан ёки чанглари хўллашдаги эритмалардан, ёки кислотали эритмалар тар-кибидан ренийни ажратиб олинади. У қуйидаги жараёнлар асосида амалга оширилади:

1) кам эрийдиган бирикмалар ҳолида чуқтириш ($KReO_4$, Re_2S_7);

2) ионитларда ёки активланган кумирда сорбциялаш;

3) органик эритувчиларда экстракция қилиш усуллари билан ажратиб олинади.

Электрофильтрларнинг чангларидан ренийни ажратиб олиш технологияси

Электрофильтрларда ушлаб қолинган чанглар 0,4—1,5 % гача рений ва молибден бирикмалари (MoO_3 ва MoS_2)дан иборат бўлади. Чангларда сульфат кислота кўп бўлади, чунки чиқаётган газлар SO_2 ва сув буғи ташкил қилади. Чанглар иссиқ сув билан икки марта ишқорланади. Унда қ:с=1:2,5—3 нисбатда бўлиб майдаланган пиролизит MnO_2 эритмага қўшилади. Натижада ренийнинг кичик бирикмаларининг оксидланиши осонлашади. Эритма чуқмадан фильтрлаб ажратиб олинади, эритмада 0,5—0,6 г/л Re, 8—10 г/л Mo, 20—30 г/л H_2SO_4 ҳамда $CuSO_4$ ва $Fe_2(SO_4)_3$ лардан иборат бўлади. Ҳосил бўлган эритмадан молибден, мис ва темирни ажратиб олиш учун $Ca(OH)_2$ билан $pH=11—12$ гача нейтраллаб, уни 60—70°C гача қиздирилади. Натижада $CaMoO_4$, $CaSO_4$, $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$ чуқмага тушади. Чуқмадаги рений миқдори жуда кам бўлади. Эритмадаги ренийнинг концентрацияси 15—20 г/л бўлгунча қайнатилади ва иссиқ эритма устига калий хлорид эритмасидан солиб (~50—60 г/л ни 1 литр эритма учун), сўнг совутилади. Унда 98—99% перанат рений чуқмага тушади, эритмада эса 0,02—0,5 г/л Re қолади. Қолган ренийни сорбциялаш орқали ажратиб олинади. Унинг технологик схемаси 41-расмда келтирилган.

Бу усулда олинган техник рений кетма-кет қайта кристаллаш билан тозалаб олинади. Калий пераннат тузи 90—100°C да 100 г/л, 20°C да эса 10 г/л сувда эрийди. Демак, қайта кристаллаш натижасида тахминан 90 % ҳосил бўлади, уни 5°C гача совутилса, 95 % ни ажратиб олиш мумкин. Қайта кристаллаш технологик схемаси 42-расмда келтирилган.

Қайта кристаллаш натижасида калий пераннат 85 % миқдорда ажратиб олинади.



41-расм. Перанат ренийни чанглардан ажратиб олишнинг технологик схемаси.

Эритмалар таркибидан ренийни сорбциялаш усули

Молибденит концентратлари қайта ишлангандан сўнг нордон эритма қолади ва унинг таркибида қуйидаги моддалар бўлади, г/л:

Re	 0,015 — 0,04
Mo	 0,4 — 0,9
Cl	 27 — 30
SO_4^{2-}	 15 — 35
ClO_3^-	 0,7 — 1,3
Na	 28 — 35
pH	 8,5 — 8,7



42-расм. Калий перренатни қайта кристаллаш орқали тозалашнинг технологик схемаси.

Бундай эритмадан молибден анионли смолалар билан, рений эса активланган кумир билан сорбцияланади. Жараёни олиб бориш учун эритмага $pH=3$ бўлгунча кислота қўшилади ва қиздирилади. Қиздириш натижасида эритма таркибидаги сода таркибидаги углерод (II) оксиди газ ҳолида чиқиб кетади. Совутилган — филтрланган эритма SO_4^{2-} АН—I формула анионити билан тўлдирилган колонкадан

ўтказилади. Анионит заррачаларининг диаметри 0,15—0,6 мм бўлади. Эритмада молибден ионлари кучсиз кислотали шароитда $[Mo_4O_{13}]^{2-}$ ион ҳолида (изополикислота) ионитга ютилади. Ионитда молибден бўйича ютилиш ҳажми 20% ни ташкил қилади. Ионитни филтрлаш тезлиги 1 соатда 1 ҳажм ионитда 5 ҳажм эритмани ўтказилади. Смола тўйингандан сўнг у аммиак билан десорбция қилинади. Ионит эса қайтадан SO_4^{2-} — формулага ўтказилади.

Кучсиз кислотали муҳитда АН—I анионити ReO_4^- иони ютмайди. Шунинг учун филтратда 15—40 мг/л ReO_4^- ва 10—20 мг/л молибден қолади. Бу эритма КАД маркали (заррачалари 0,1—0,8 мм бўлган) активланган кумирдан ўтказилади ва Re билан Мо кумирда ютилади.

Ютилган молибден ва рений Na_2CO_3 эритмаси билан десорбция қилиб ажратиб олинади. Бунинг учун, аввал 1 % ли Na_2CO_3 нинг совуқ эритмаси кумирдан ўтказилади, натижада молибден тўлиқ десорбцияланади. Сўнг Na_2CO_3 эритмасини 90°C гача қиздириб кумирдан ўтказилади, унда эса рений эритмага тўлиқ десорбцияланади. Эритмадаги ренийнинг концентрацияси 200—400 мг/л ни ташкил қилади, унинг миқдорини ошириш учун қайтадан кумирда сорбцияланади. Ҳосил бўлган филтратдан ренийни KCl қўшиб, калий перренат ҳолида чуқртириб олинади.

Ҳозирги вақтда янги маркадаги ионитлар қўлланилиб келинмоқда. АВ — 17 OH — формали турларидаги аниотлар ишлатилмоқда.


Ренийни сорбциялаш технологиясининг схемаси 43-расмда келтирилган.

Камёб енгил металллар технологияси

Бу металлларга бериллий, литий, цезий ва рубидий элементлари киради. Булардан, асосан бериллий технологиясини кўриб чиқамиз.

Бериллийни ишлатиш сохалари. Бериллий саноатда атом ва ракета техникасида, шунингдек, ҳар хил қотишмалар тайёрлашда ишлатилади.

Атом техникасида ишлатилиши. Бериллий атом массасининг кичиклиги ядро реакторларидаги нейтронлар тезлигини камайтирувчи материалларни тайёрлашда жуда катта самара беради. Бу материаллар нейтронлар тезлиги-

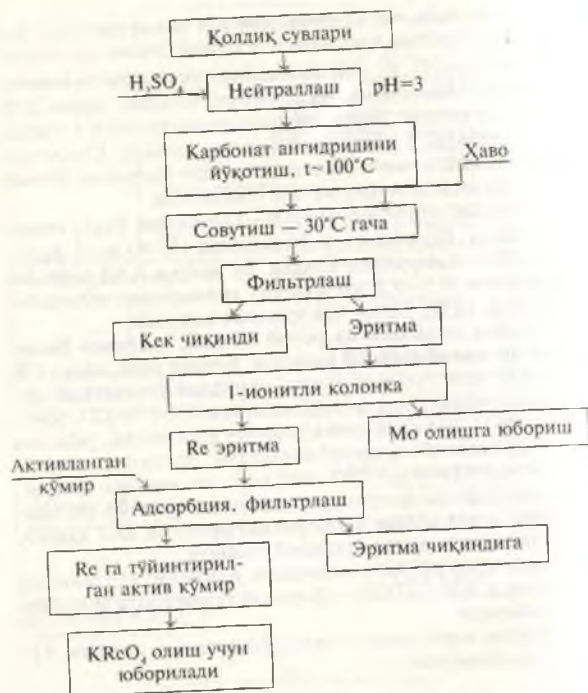

43-расм. Ренийни эритмалардан сорбциялаб ажратиш олишнинг технологик схемаси.

ни камайтиришда водород, дейтерий, графит ва кислородлардан ҳам юқори туриши мумкин экан. Бундан ташқари, бериллий нейтронларни қайтарувчи ҳамдир, шунинг учун ундан ядро реакторларини ёқилғи зоналарида ҳосил бўладиган нурланишнинг олдини олувчи экранлар учун материаллар сифатида ҳамда конструкцион материаллар сифатида қўлланилиши мумкин.

Бериллий нейтронларни камайтирувчи ва қайтарувчи ҳамда конструкцион материаллар сифатида ишлатилиши

натijasида нейтронлар билан нурланишдан сақланишга ва радиоактивликнинг йуқолишига олиб келади.

Бериллий енгил металл бўлгани учун ундан айрим транспортларни, масалан, кемалар, самолётлар ва сув ости кемалари учун ядро реакторларини тайёрлаш катта қулайликларга олиб келади.

Бериллий ядро ёқилғиси иссиқликни оширишга ва унинг температурасини 500 — 600°C га кўтаришга имкон беради. Бериллийни α — заррачалар билан нурланиш хусусиятидан фойдаланиб, уларни радио-бериллийли ва полоний-бериллийли нейтронлар манбаи сифатида қўллаш мумкин. Гейгер ҳисоблагичлари ойналарини (тирқишларини) яшада ва бериллий фальгаларида ишлатилади.

Бериллий металлдан ташқари уни оксид ва карбидлари анча арзон материал сифатида атом техникасида кўп ишлатилади.

Ракета ва реактив авиация техникасида ишлатилиши. Бериллий 600 — 700°C да ҳам ўзини яхши солиштира (модул) эгилувчанлик хоссага эгаллиги, реактив самолётларнинг қўзғалувчан қисмларини улашда, ракетапарни ва ўз-ўзини бошқарувчи снарядларни бурун (олди) қисмларини яшада ишлатилади. Бериллийнинг ёниш иссиқлиги юқори бўлганлиги сабабли, қаттиқ реактив ёқилғилар таркибига қўшилади. Масалан, бор ва бериллий бирикмалари ичида бериллий боргидрат $\text{Be}(\text{BH}_3)_2$ нинг иссиқлик ўтказувчанлиги энг юқори бўлиб 16100 ккал/кг ни ташкил қилади. Металл ҳолидаги бериллий эса 15000 ккал/кг иссиқлик ўткази.

Қотишмалар ишлаб чиқаришда ишлатилиши. Унинг асосий қотишмаси мис билан қўшиб ясалган бериллий бронзасидир (0,5 — 5,0 Be%). Бериллий қотишмалари ўзининг қаттиқлиги ва ташқи зарбга чидамлилиги билан ажралиб туради, бериллий кўпчилик металллар билан қотишмалар ҳосил қилади.

Бериллийга мис қўшилган қотишмалар ўзининг механик хусусиятлари билан ажралиб туради: қотишманинг қаттиқлиги 400 кг/мм², ўзилиш қаршилиги 120 — 130 кг/мм², эгилиш буйича чарчаш қаршилиги 30 — 32 кг/мм² ни ташкил қилади.

Берил бронзаларининг юқори механик хусусиятлари, уларни кенг миқёсда машиналарнинг асосий қисмларини

ясаш ва уларни ишлатишга имкон беради. Масалан, машина пружиналари, седеллари, клапанлари, подшипникларини, ҳар хил ускуналарини, қисмларини, соат механизмларини, телефон ва телеграф аппаратлари қисмларини тайёрлашда ишлатилади. Берил бронзалари ташқи зарба таъсиридан ҳосил бўладиган учқунларни ҳосил қилмайди. Шунинг учун бериллий бронза қотишмаларидан ясалган зубила, болға ва бошқа асбоблар, асосан айрим энгил металллар ёнувчан материаллар билан ишлашда, шахта шароитида ва ёнғин чиқиши мумкин бўлган цехларда ишлатиладиган асбобларни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Бундан ташқари, Ве ҳар хил пўлат қотишмаларни ҳосил қилишда ҳамда алюминийли, магнийли, никелли, хромли қотишмалар олишда ишлатилади.

Ўтга чидамли материаллар ишлаб чиқаришда қўллаш. Бериллий оксидларининг юқори температурада суюқлашиши, қаттиқлиги, юқори иссиқлик утказувчанлиги, юқори кучли электрга қаршилиги, иссиққа чидамлилиги, ўтга чидамли материаллар ясашда қўл келади. Шунинг учун Ве оксидларидан тигеллар, қувурлар ясашда, печларни футировка қилишда, графитли тигелларнинг экранларини ясашда ишлатилади. Шу билан бирга ҳозирги вақтда ракеталарнинг устки қисмларини бўяшда, рентгенотехникада, электролизда ва катализда қўлланилмоқда.

45-§. Бериллий рудалари ва минераллари

Ёр қобиғининг 6-10% ни Ве ташкил қилади. 30 дан ортиқ Ве минераллари учрайди. Улардан асосийлари берилл $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ бўлиб унинг таркибида 14% ВеО, 19% Al_2O_3 , 66,9% SiO_2 бор. Қаттиқлиги — 7,5, зичлиги $d=2,96 \pm 3,0 \text{ г/см}^3$.

Фенокит минерали — бериллий силикат $\text{BeO} \cdot \text{SiO}_2 + (\text{Be}_2(\text{SiO}_3)_2)$: 45% ВеО, 54,5% SiO_2 . Қаттиқлиги 7,5 ни, зичлиги $d=2,96-3 \text{ г/см}^3$.

Гельвин $\text{Mn}_2(\text{BeSiO}_4)_2\text{S}_2$: 13,6% ВеО ва 15% гача Fe, Zn ва бошқа элементлар бор. Қаттиқлиги 6 — 6,5, зичлиги $d=3,16 - 3,36 \text{ г/см}^3$.


Бериллий концентратларини қайта ишлаш усуллари

Бериллий концентратларини қайта ишлаш бериллий оксиди олиш ва ундан сувсиз бериллий хлорид ва фторид

тузи BeCl_2 ҳолида ажратиб олишга асосланган. Чунки бу тузлар ёрдамчи электролиз ёки магнитерик қайтариш усули билан бериллий металл олинади. Ҳозирги вақтда бериллий фтори BeF_2 ва сульфатли усулда ажратиб олинади.

1. Сульфатли усул. Оҳак билан куйдириш асосан сульфатли усулнинг кўринишидир. Бу усул 5 босқичдан иборат бўлиб, уларга — куйдириш, сульфатлаш, ишқорлаш, буғлатиш, кристаллаш, қуритиш ва қоплаш кирadi.

Куйдириш (суюлтириш). Берилл концентрати оҳак билан 1:1 нисбатда айланувчи электр печларида $1500 - 1600^\circ\text{C}$ минат қиздирилади. Берилл концентрати куйдирилганда алюминий ҳосил бўлиб, уни H_2SO_4 билан ишлаш осонлаштирилади ва CaSiO_3 ажратиб олинади.




Сульфатлаш. Юқорида куйдиришда ҳосил бўлган суюқлашган бериллий тегирмонда майдаланиб ($0,1 - 0,074 \text{ мм}$), концентратланган сульфат кислота 10 % қўп олинади ва ларида сульфатлашга юборилади. Бу жараён пўлат реактор-жараён қутида 63% ли H_2SO_4 билан автоклавда утказилади. Олиш жараёнида қиздириш учун унга сув қўшиб турилади.

Ишқорлаш. Сульфатлаш жараёнида ҳосил бўлган Al, Ве, Mg ва Si сульфатлари иссиқ сув билан ишқорланади. Ундан сунг қаттиқ ҳолдаги CaSO_4 ва H_2SiO_3 филтрлаб оли-нади ва 2 филтрат таркибида (эритма) 32 г/л ВеО, 35 г/л Al_2O_3 , 2 — 3 г/л Fe_2O_3 бўлади.

Буғлатиш ва кристаллаш. Эритманинг зичлиги 1,32 г/л бўлганда у буғлатилади ва уни кристаллизаторларга юбори-лади. У эритма $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (25% ортиқча) қўшилиб алюминий қути (аччиқтош) лари чуқутириб олинади.


Чуқманни ажратиш. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ажратиб олиш учун эритма 15°C гача совутилади ва эритма қайнатилади. Ҳосил бўлган чуқмага 250 г/л BeSO_4 ва 60 г/л $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ эритмаси билан ишлов берилади. Наратиб олган эритмашмадан 750 г/л концентрацияли BeSO_4 аж-сульфатланади. Эритмада қолган алюминий ва бериллий да 2 г/л ар кальций сульфатнинг эрувчанлиги асосида (20°C CaSO_4 ни CaSO_4 эрийди) ажратилади. Эритма буғлатилса, билан тўлган эрувчанлиги камаяди ва CaSO_4 алюминий кваси ратиб олишга қўл келади.

Қуригиш. $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ кристаллари сиқилиб, у центрифугада қиздирилади. Унда қуйидаги реакция боради:




Қуригиш жараёнини айланувчи қувурсимон учоқларда $1000 - 1050^\circ\text{C}$ да олиб борилади. Натижада BeO ҳосил бўлади. Унинг таркибида $0,1\% \text{Fe}_2\text{O}_3$ + Al_2O_3 ; $0,08\% \text{CaO}$ ва $0,2\% \text{SiO}_2$ бўлади.

Ҳозирги вақтда ёйли учоқларда бериллий (44-расм) оксиди олиш анча осонлиги исботлаб берилган. Бунинг учун берилл концентрати 1700°C да ёйли учоқларда суюлтирилиб, сув билан гранулланади ва H_2SO_4 қўшиб қайнатилади. Бу (газли учоқларда 900°C да олиб борилади) натижада 90% бериллий эрувчан шаклга ўтади. Уни қайта ишлаш юқоридагидек олиб борилади. Бу усулнинг асосий фарқи шундаки, алюминий аччиқтош ҳолида ажратиб олингандан сунг гидролиз усулида бериллий ажратиб олинади. У қуйидаги реакция бўйича олинади:




Эритмадаги бошқа элемент ионларини ушлаб қолдиш учун унга ЭДТА (этилендиаминтетрасирка кислота) қўшилади. Чўкмага тушган $\text{Be}(\text{OH})_2$ ни H_2SO_4 билан эритиб, BeSO_4 ажратиб олинади.


Фторидли усул билан BeO олиш. Бунинг учун концентратга натрий кремнийфтор билан ишлов берилади:



Бу реакциядаги натрий фтор бериллит сувда эрийди, шунинг учун уни ишқорлаб бериллий ажратиб олиш қулай. Бу усул қуйидагича боради. Бериллий концентрати майдаланиб унга натрий кремнийфтор аралаштирилади, 1:1 нисбатда шихта тайёрланади ва айланувчи ёки муфель учоқларида $700 - 750^\circ\text{C}$ да қуйдирилади. Унда қуйидаги реакция боради.




Қуйдирилган моддалар ўткир буғ билан қиздирилиб, сувда ишқорланади. Эритмада Na_2BeF_4 ва қисман H_2SO_4 билан Fe бўлади, лекин уларнинг асосий қисми чўкмага қолади. Чўкма ажратиблиб чиқинлига ташланади, $82 - 88\%$

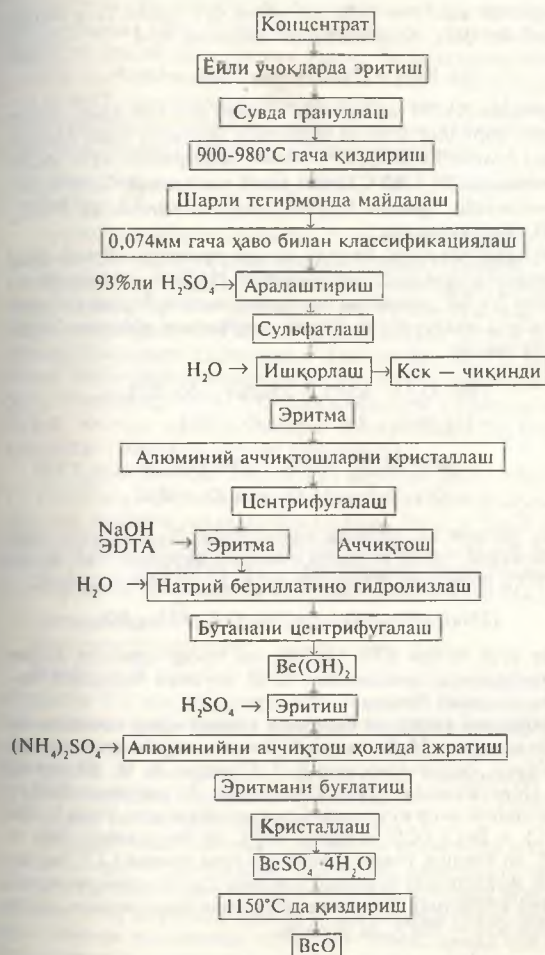



44-расм. Сульфатлаш усули билан бериллий оксиди олиш схемаси.

ли эритма эса 40 — 50°C ли иссиқ буг билан 20% NaOH қушиб $\text{Be}(\text{OH})_2$ га айлантириб олинади, яни:




Бу ҳолатда NaOH ни ортиқча қушиш мумкин эмас, чунки натрий бериллат ҳолида бериллий эритмага утиб кетади. Ҳосил бўлган $\text{Be}(\text{OH})_2$ 2 — 3 соат тиндирилиб, сўнг ажратиб олинади. 70 — 80°C билан ювиб ташланади. Сўнг H_2SO_4 да эритилади, эритма $\text{Fe}(\text{OH})_3$ дан тозаланади ва $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ кристалланади.

Бундан ташқари, берилл концентратини натрий фтор силикатига сода ва темир криолити Na_3FeF_6 қушиш билан қисман Na_2SiF_6 камайитириш орқали ишлов бериш схемаси 44-расмда келтирилган бўлиб, у қуйидаги реакция билан амалга ошади:




Бу усулни қўллаганда қимматбаҳо Na_2SiF_6 анча кам ишлатилади, чунки реакция давомида ажралган NaF билан $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ реакцияга киришиб Na_3FeF_6 ни ҳосил қилади:



Бу усул билан 60% Na_2SiF_6 ни темир криолит билан алмаштиришга эришилади, 92 % эрувчан бериллий бирикмаси ҳосил бўлади.

Бериллий оксиддан бериллий хлорид олиш технологияси. Бу жараёни И. В. Авдеев XIX асрнинг ўрталарида ўрганган бўлса, кейинчалик уни В.И. Спицин, А. И. Беляев ва А.Б. Новоселовалар ўрганиб чиқишди. Бу жараёнда BeO га газ ҳолидаги хлор қумир иштирокида берилади. Унда $\text{BeO} + \text{Cl}_2 = \text{BeCl}_2 + \text{CO}$ реакция 600°C да бошланади, 900 — 950°C да юмшоқ ўтади. Агар хлор газ ишлага CCl₄ ишлатилса, жараённинг температурасини камайитириш мумкин, (қумир қушилмайди) технология анча осонлашади, яъни жараён 650 — 700°C да боради.



BeO таркибидаги Fe, Al, Si оксидлари хлорланиш температурасида (900 — 950°C) хлорланиб, улар ҳам худди BeCl_2 га ўхшаб газ ҳолатига ўтади. Бу аралашмаларнинг совитиш температуралари ҳар хил бўлганлиги учун биринчи галда BeCl_2 конденсатланади ва ундан сўнг Fe, Al, Si хлоридлари конденсатланади, яъни уларнинг қайнаш температураси билан боғланиши қуйидагича бўлади:

хлоридлар	BeCl_2	FeCl_3	AlCl_3	SiCl_4
қайнаш t°C си	492	319	183	58

Лекин бунда тоза ҳолда BeCl_2 ни олиб бўлмайди, шунинг учун у қайта ҳайдаш орқали тозалаб олинади.

Куруқ ҳолдаги BeO (50%BeO) га қумир билан ёпишқоқ модда қушиб брикет қилинади (150 кг/см² босимда брикетланади). Брикетлар 1000°C да коксланади. Кейин шахта электрўчоқларида хлорланади. Хлорли Be, Al, Fe, Si никелли йиғичларда йиғилади ва уни водородли пўлат мұфель ўчоқларида 500 — 550°C да ҳайдалади. Совитиш йули билан металл хлорид газлари конденсация қилиниб, юқоридаги жадвалга асосан тозаланади.

BeCl₂ электролизи. Электролиз жараёни $\text{BeCl}_2 + \text{NaCl} = 1:1$ нисбатда бериллий металлнинг эриш температурасидан паст температурада олиб борилади. $\text{BeCl}_2 + \text{NaCl} = 1:1$ нисбати эвтектик нуктага яқин (58,7% BeCl_2 + 41,3% NaCl) бўлиб 215°C да эрийди. BeCl_2 ни ажратиш потенциали эвтектик таркибда қуйидаги температуралар билан боғлиқ:

температура, 7°C	420	600	700
ажралиш кучланиши:	2,08	1,99	1,93

Электролиз жараёни қопқоқли никель тигелларда (бандлиги 800 мм, диаметри 500 мм) олиб борилади. Тигель катод, графит анод (d=100, h=1200мм) сифатида ишлатилади. Электролит эритмаси температураси 350°C бўлиб, 10 та электролизёрларда амалга оширилади. Бу ҳамма электролизёрлардаги кучланиш 40 — 50 вольт ва 500 ампер ток кучини ташкил қилади.

Ажралиб чиқётган хлор газ итигель қопқоғидаги қувур орқали чиқариб юборилади. Бериллий электролиз натижасида тигелнинг деворларида сумалак шаклида ёпишиб қолади. Улар ажратиб олинади ва прессларда сиқиб электролитлардан тозаланади, сўнг совутилади, ҳамда сув билан бериллий хлоридидан ювиб ташланади. Ундаги алю-

миний оксиди эса ишқор эритмаси билан ювиб ташланади. Ҳосил булган оксидлари кучсиз азот кислотаси эритмаси билан ювилади. Сумалаклардаги бериллий миқдори 99% ни ташкил қилади.

46-§. Камёб ер-металлари технологияси

Камёб ер-металлари (КЕЭ) 14 элементдан иборат: церий (тартиб рақами 58) дан лютерий (тартиб рақами 71) гача булган даврий системанинг VI даврида жойлашган элементлар киради. Бу элементларга лантан ва ундан кейин келувчи элементлар ҳамда уларнинг аналоги булган III группа элементи скандий ва иттрий ҳам киради. Камёб элементлар (лантаноидлар) 2 та кичик группага бўлинади: церий [(La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu] ва иттрий [Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu (Y)]. Бундай 2 та кичик группа бўлиниш лантаноидлар ички хусусиятларининг айрим хоссаларини даврий ўзгаришига асосланган. Масалан: уларнинг ҳар икки группа валентликлари барқарорлиги, ҳамда ионлари ранги даврий равишда ўзгаради. Биринчи группа элементлари эритмалаги ионлари ранги иккинчи группадаги ионлар ранги билан тескари ҳолатда даврий равишда бир хил ўзгаради. Шу билан бирга магнит хоссалари ҳам даврий равишда ўзгариб боради. Шундай қилиб, айрим хоссалар даврий равишда ўзгариб борар экан.

Камёб ер-элементларининг қўлланиш соҳалари. Камёб ер-металлари техниканинг турли соҳаларида ишлатилади: қора ва рангли металлургияда, шиша ва керамика саноатида, кимё саноатида, тиббиётда, қишлоқ ҳўжалигида, шунингдек, бошқа соҳаларда уларнинг бирикмалари ва қотишмалари ишлатилади.

Қора ва рангли металлургияда улар пўлат, чўян, рангли металлларнинг қотишмаларига қўшилувчи асосий компонентлар сифатида ишлатилади. Бунда, асосан ферроцерий ёки лантаноидларнинг қотишмалари, мишметалл ёки церий ва лантан қўшилган қотишмалардан фойдаланилади, КЕЭнинг оксидлари ҳам ишлатилади.

КЕЭларнинг қўшилиши коррозияланмайдиган ва тез қирқувчи пўлатлар сифатини яхшилашга, ўтга чидамли ва электротехника саноати учун кремнийли пўлатларга қўшилади, уларнинг механик хоссаларини яхшилаб беради; пўлатларга ишлов беришни осонлаштиради, пўлатларда температуранинг рекристалланишини оширади.

Ишлаб чиқаришда 1 тонна пўлат олиш учун 0,9 — 2,25 кг гача мишметалл (лантаноид қотишмаларига мишметалл дейилади) қўшилади. Церий ёки мишметалл қўшилганда, улар пўлатни олтингурт ва азотдан тозалайди ҳамда чидамли қилади. 0,35% мишметалл нихромга қўшилса, унинг 1000°C даги ишлаш қобилияти 10 марта ошади.

Церий группасидаги (70 — 75% КЕЭ ва 25 — 30% Fe) металллардан кўп миқдорда қўшиб тайёрланган темир қотишмалари зажигалкаларнинг кременларини ҳамда артиллерияда трассирующий таркиб сифатида ишлатилади. Бунинг учун магний ва қалайга қўшилган мишметалл ёки мишметалл қотишмаси ишлатилади.

Алюминий ва магний қотишмаларига КЕЭ лардан қўшилса, уларнинг юқори температурада ишлани яхшиланади. Мис-алюминийли ва мис-кремний-алюминийли қотишмасига 0,05 дан 0,35% церийли қотишмаси авиадвигателларнинг турли деталлари (қисмлари) ни тайёрлаш учун ишлатилади. Бундан ташқари, магний қотишмасига 0,5 — 4% Zn, 0,6 — 0,7% Jt ва 1,25 — 2,75% КЕЭлар қўшиб тайёрланган қотишмалар авиацияда қаршиликни енгувчи материаллар учун ишлатилади.

Шиша ва керамика саноатида КЕЭлар энг кўп ишлатилади.

Шиша тайёрлашда қўшилган лантаноидлар уларни ультрабинафша ва инфрақизил нурларни яхши ютишини оширади. 2 — 4% Ce_2O_3 қўшиб тайёрланган шишалардан сварка қилишда ва шишаларни эритишда фойдаланиладиган кўзойнаклар тайёрлашда ишлатилади. Атом техникасида радиоактив нурланишга қарши церий қўшилган шишалар ишлатилади.

Айрим лантаноидларнинг оксидлари, масалан, La_2O_3 дан қўшиб тайёрланган шишалар фотоаппарат ва перископларда, Nd_2O_3 қўшиб тайёрланган шишалар эса фотометрларда, Никола призмаси ва бошқа асбоблар учун ишлатилади.

КЕЭ оксидларидан шишаларни нурсизлантириш ва уларни буяшда ишлатилади. Масалан, CeO_2 нинг озгина миқдори шишани нурсизлантиради, 1% қўшилган церий шишага сариқ ранг, кўпроғи эса жигарранг беради. Неолим оксиди тиниқ-қизил ранг, празидим оксиди яшил ранг, неолим ва празидим оксидларининг аралашмаси ҳаворанг беради.

Лантаноид оксидлари оптикда шишаларни силлиқлашда ишлатиладиган абразив сифатида қўлланилади. Бу мақсад учун турли катталиклари церий оксидини («полирит» дейилади) кукунлари энг яхши силлиқловчи материал бўлиб ҳисобланади. Керамика саноатида КЕЭ чиннини бўяшда, глазур бўёқларида ва эмаль ҳамда уларнинг тиниқлигини оширишда қўлланилади.

Атом техникасида гадолий, самарий, европий лантаноидлари нейтронлар иссиқлигини ушлашда, оксидлари (КЕЭ) эса ядро реакторлари ва атом двигателларини қоплаш учун ишлатиладиган керамика таркибини ташкил қилади.

Лантан тузлари ядро реакторларида урандан олинadиган плутоний ва нептуний элементларини эритмалардан олишда ва ажратишда чуқтирувчилар сифатида ишлатилади.

Электровакуум, рентген техникаси ва радиотехникада ишлатилиши.

КЕЭлар электровакуум техникаси чагланмайдиган газ ютувчилари таркибига қўшиб ишлатилади. Масалан, газ ютувчи — ЦЕТО материали алюминий ва торийли мишметалл қотишмаси бўлиб, унинг 80% и торий, 14,5% и мишметалл ва 5,5% и Al дан ташкил топган. Торий водородни фаол ютсала, лекин церий ва лантанга нисбатан азотни суёт ютади.

Неодим оксиди электрон асбобларида диэлектрик сифатида қўлланилади.

Тузлий элементни нейтронлар билан нурлантирилгандан сунг, уни атом реакторларида γ — нур ютувчи сифатида ишлатилади. Натижада ҳосил бўлган Ti^{170} изотопи тиббиётда қўлланиладиган рентген аппаратларини портатив генераторлари ва дефектоскопларини тайёрлашда қўлланилади, шундай аппаратларни 1 йил давомида ишлатиш учун 0,1 — 0,2 г тузлий оксиди сарфланади. Уни қайтадан нейтронлар билан нурлантириб, яна ишлатиш мумкин.

Прометей Pm^{147} изотопларидан «микробатарея» тайёрлашда ишлатилади. Бу батареялар кичик приёмникларда, қулоқ аппаратларида ҳамда Ер йўлдошлари ва ракета аппаратларида қўлланилади.

Электр ёритиш техникасида КЕЭларнинг фторли бирикмалари қўлланилади. Прожекторларни ва кино олишда ёритувчи аппаратлар кумирли электродларида ишла-

тилади. CeF_3 электроднинг марказий қисмида пилик (фитиль) сифатида ишлатилади.

Кимёвий ва енгил саноатда, лаклар, бўёқлар тайёрлашда ва ёруғлик берувчиларнинг таркибига (люминоферлар) қўшилади. Аммиак синтез қилишда катализатор ва органик кимёда оксидлаш жараёнларида ҳамда реактивлар ва фотореагентлар тайёрлашда ишлатилади. Лантаноид бирикмаларининг кўпчилиги терини бўяшда ва ошлашда, туқимачилик саноатида сув ўтказмайдиган туқимачилик материаллари олишда ишлатилади.

Қишлоқ ҳўжалигида КЕЭлар ҳар хил зараркунандаларга қарши ишлатиладиган препаратлар (инсектофунгицидлар), микроўғитлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини тезлаштирувчиларни тайёрлашда ишлатилади.

КЕЭ хомашёлари

Ер юзасида лантаноидлар 0,01% ни ташкил қилади, яъни уларни миқдори тахминан миснинг миқдори билан тенглашади. Энг кўп тарқалган КЕЭ ларга La, Ce ва Nd киради. Атом рақами тоқ бўлган КЕЭ миқдори ўзига яқин турган жуфт КЕЭга қараганда кам бўлади. КЕЭларнинг 250 дан ортиқ минераллари бўлиб, улардан 60 — 65 таси асосий минераллар ҳисобланади ва уларда КЕЭларнинг умумий миқдори 5 — 8% ни ташкил қилади. Кимёвий табиатига кўра, бу минераллар — сульфатлар, хлоридлар, карбонатлар, фторидлар, фторкарбонатлар, силикатлар ва силико-титанатлар, ниоботанталитлар, титанониобатлар ҳолида бўлади. Бу минералларда маълум миқдорда торий ва уран элементлари бўлади.

Саноатда, асосан монацит, бастнезит, лопарит ва бошқа минераллар ишлатилади.

Монацит минерали пегматит ва айрим гнейс ҳамда гранитларда учрайди. Бу минерал церийли группачага киради. Тоғ жисмлари парчаланганда кукун ҳосил бўлади. Кукунларда монацит минерали 1% га яқин бўлиб, ундан ташқари, ильменит, циркон, магнетит ва бошқа минераллар бўлади. Гравитация ва магнитли бойитиш усулида олинган монацит концентратларда 58 — 65% R_2O_3 бўлади. Бу концентратдан торий билан бирга лантаноидлар ажратиб олинади.

Монацит концентратининг тахминий таркиби қуйилгича бўлади:

$\Sigma(\text{KEЭ})_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3$ 58 — 65 Бошқа $(\text{KEЭ})_2\text{O}_3 + \text{Y}_2\text{O}_3$ 1 — 2

Ce_2O_3	21 — 30	ThO_2	3,5 — 6,5
La_2O_3	16 — 48	U_3O_8	0,15 — 0,3
Pr_2O_3	3 — 4	P_2O_5	26 — 30
Nd_2O_3	10 — 12	Fe_2O_3	0,5 — 0,8
Sm_2O_3	1 — 1,5	TiO_2	0,2 — 1,7
		SiO_2	1 — 2

Саноат миқёсида ишлатиладиган минераллардан яна бири мураккаб комплекс таркибли лопарит минералидир. Лопарит рудалари осон бойитилади ва олинган лопарит 80 — 90% ни ташкил қилади. Уларга қайта ишлов беришда лантаноидлар билан бирга ниобий, тантал ва титанни ҳам ажратиб олиб чиқади.

Иттрий группасига энг бой минераллар фергюсонит ва ксенотим минерали ҳисобланади.

47-§. Монацит концентратини қайта ишлаш технологияси.

Монацит КЕЭ ва торий ишлаб чиқариш учун асосий хомашё булиб ҳисобланади ва уни қайта ишлаш натижасида иккита маҳсулот ҳосил бўлади — торий концентрати ва КЕЭлари бўлган техник аралашма.



Саноат миқёсида икки усул билан қайта ишланади:

1. Сульфат кислотасида парчалош;
2. Натрий ишқори эритмасида парчалош.

Сульфат кислота билан парчалош технологияси

Монацит концентрати тахминан 0,15 — 0,1 мм майда-лангандан кейин, 180 — 200°C да концентранган сульфат кислота билан парчаланг концентрат таркибига боғлиқ. 1 тонна концентрат учун тахминан 1,5 — 2 тонна сульфат кислота сарфланади, яъни назарий ҳисобланганига нисбатан 2,5 — 3 баробар кўп бўлиши керак. Чунки сульфат кислотанинг бир қисми буғланиш натижасида йўқолади. Парчалош 2 — 4 соат давом этади ва жараён пулат ёки чуяндан ясалган ускуналарда олиб борилади. Учиб чиқаётган кислота буғлари скруббер ёки электрофилтрларда ушлаб қолинади.

Парчаланиш реакциялари:



Титан минераллари — ильминит ва рутил ҳам парчаланиб титан сульфатларини ҳосил қилади.

Парчалош жараёнидан сўнг олинган масса совуқ сув билан ишқорланади (эритилади). Бунда 1 кг парчаланган концентратга 10 литр сув ишлатилади, бу (КЕЭ) сульфатлари ва торийнинг эритмага ўтишига ёрдам беради. Ишқорлаш жараёни сўнггида температура 20 — 25°C дан кўп бўлмаслиги керак, чунки температура кўтарилиши билан КЕЭлар сульфатларининг эрувчанлиги ортиб боради. Эритмада қолган қолдиқда SiO_2 , циркон, касситерит ва реакцияга киришмай қолган монацит бўлади. Шу билан бирга қисман торий ва уранинг парчаланишидан ҳосил бўлган радиоактив маҳсулотлардан ҳам иборат бўлади.


Ҳосил бўлган қаттиқ моддалар эритмадан тиндирилиб, филтрлаб олинади ва у совуқ сув билан ювилади.

Эритмада кремний кислотаси коллоидланган ҳолда бўлгани учун филтрлашни қийинлаштиради. Шунинг учун эритма ёғоч қириндилари билан филтрланади.

Эритмада камёб ер элементлари, торий, фосфат кислота, ортиқча сульфат кислота ҳамда титан, темир ва бошқа аралашмалар бўлади. Шу билан бирга филтратда (эритмада) торийнинг парчаланишдан ҳосил бўлган — мезоторий (радий изотопи) бўлади. Буни йўқотиш учун эритмага барий хлорид қўшилади ва унда сульфат радий чўкмага тушади.

48-§. Торий ва КЕЭларни сульфатли эритмалардан ажратиб олиш

Бунда, асосан босқичма-босқич нейтраллаш усули билан ажратиб олинади. Бу усул турли муҳитда торий фосфати ва КЕЭларнинг фосфатли тузларини чўкма ҳосил қилишига асосланган. Торийнинг фосфат тузлари $\text{pH}=1$ бўлганда, КЕЭларнинг фосфатлари эса $\text{pH}=2,3$ да чўкмага тушади. Нейтраллизация жараёни суюлтирилган амми-

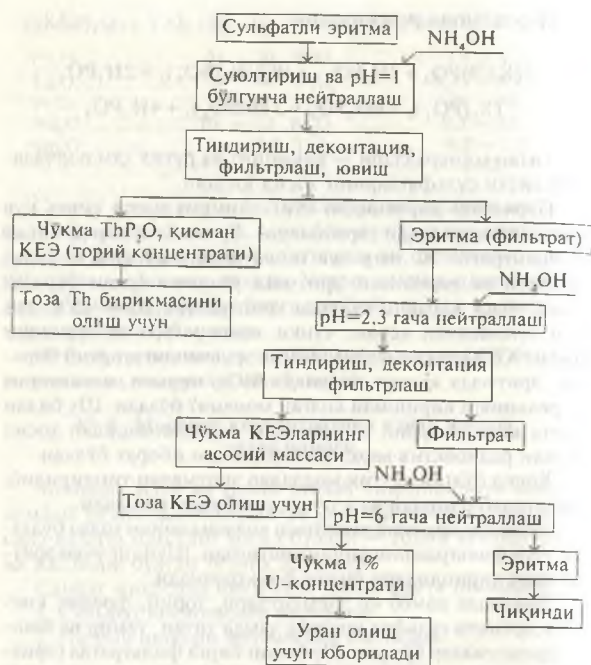

45-расм. Босқичли нейтраллаш усули билан сульфатли эритмаларни қайта ишлаш схемаси.

ак эритмаси билан олиб борилади. Аввал, торийни ажратиш учун сульфатли эритмага аммиак эритмаси аста-секин аралаштириб, $pH=1$ булгунча нейтралланади ва у қайнагунча иситилади. 99 % торий ёмон эрийдиган пирофосфат торий $ThP_2O_7 \cdot 2H_2O$ ҳолида ажралиб чиқади. Нейтраллаш жараёни охирида КЕЭларнинг эритмадаги умумий концентрацияси 2 % дан ошмаслиги керак, чунки кам эрийдиган КЕЭларнинг иккиламчи сульфатлари ва аммонийлари эритмада чукмасдан қолиши керак. Шунга қарамасдан, торий билан бирга 5—8 % лантанонинг


чукмага утиб кетади. Эритма чукмадан филтрлаб олингандан сўнг, унга аммиак қушиб $pH=2,3$ булгунча нейтралланади. Бунда эритмадаги асосий КЕЭлар нордон фосфатлар — $(KEЭ)_2(HPO_4)_3$ ҳолида чукмади. Тиндирилиб ва филтрлаб олингандан сўнг чукма тоза КЕЭларни олиш учун юборилади.

Филтратда қисман КЕЭ ва уран бўлади, уни $pH=6$ га қадар нейтраллаб уран гидроксида ва қолган КЕЭлари билан бирга чукмага туширилади. Чукма таркибида 1 % уран булган концентрат ҳосил бўлади. (у уран олиш учун юборилади).

Унинг технологик схемаси 45-расмда кўрсатилган.


Натрий ишқори билан парчалаш

Сўнгги йилларда моноцит минералини натрий ишқори билан парчалаш усули ишлатилмоқда. Бу жараён қуйидаги реакцияга асосланган.



Жараён тўлиқ бориши учун 0,044 мм миқдордаги концентратга 45% ли NaOH эритмаси солинали (яъни 1 кг монацит учун 1,5 кг NaOH), у $140^\circ C$ да 3 соат давомида олиб борилади. Агар температура $200^\circ C$ га кўтарилса, унда монацитнинг ҳаммаси тўлиқ парчаланаяди, лекин ҳосил булган чукма қисман дегидратацияга учраб, кислоталарда ёмон эрийдиган гидроксидлар ҳосил бўлади. Бу усулнинг асосий камчилиги NaOH ни кўп сарф қилинишидир. Кейинги вақтда олиб борилган илмий ишларга асосан, агар жараён $130^\circ C$ да қиздирилган шарли тегирмонларда олиб борилса, унда сарфланадиган ишқор миқдорини 150 % гача камайтириш мумкинлиги ва майдалаш билан парчалаш битта ускунада амалга ошиши кўрсатиб берилди. Бу жараённинг умумий технологик схемаси 46-расмда берилган.



Ҳосил булган суюлتما (бутана) саноат сувлари билан NaOH концентрацияси 30 % булгунча суюлтирилади. Натрий фосфат кристалланмаслиги учун жараён $100-110^\circ C$ да олиб борилади. Ҳосил булган чукмада (гидратларда) P_2O_5 нинг миқдори 0,4 % булгунча сув билан ювиб ташланади. Таркибида Na_3PO_4 ва ортиқча NaOH булган филтрат эса

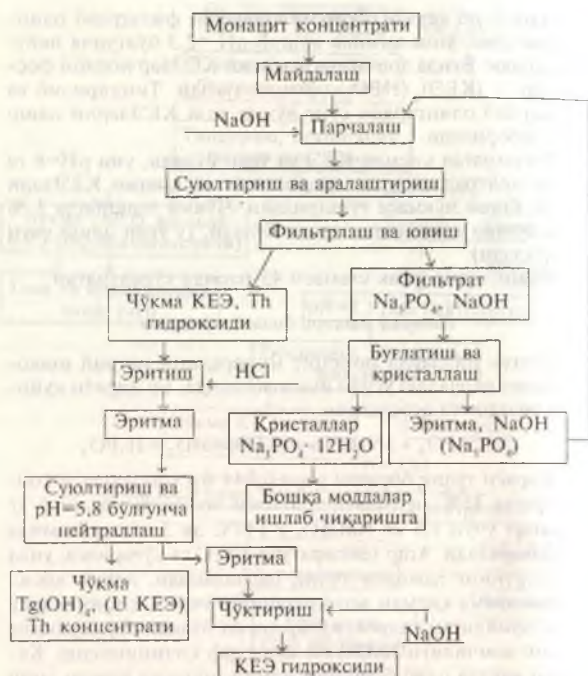

46- расм. Монацит минералини ишқор билан қайта ишлаш технологик схемаси.

бўғлатиш ускунасида бўғлатилади, учламчи натрий фосфат $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ҳолида кристалланади, NaOH эса ишлаб чиқаришга қайтарилади.

Чўкма — КЕЭ гидроксидлари ва бошқалар концентранган HCl да (стихометрик коэффициентига кўра 125 % кўп бўлади) эритилади:



Сўнг сув билан суюлтирилади. Эритмада қолган моддалар фильтраб ажратиб олинади. Ҳосил бўлган хлорид кислотали эритма суюлтирилади ва $\text{pH} = 5,8$ бўлгунча NaOH билан нейтралланади. Бунда эритмадаги ҳамма торий гидроксиди, шунингдек, ураннинг асосий қисми (99,3 %) ва 3 % КЕЭлар ҳам бирга чўкади. Торий концентрати тоза торий олишга юборилади.

Торий концентратининг тахминий таркиби:

Th	36,4
КЕЭ	7,45
U	0,74
Fe	2,21
Ti	6,73
Si	4,47
P	0,44
Cl	0
Кислотада эримай қолган қолдиқ	23

Фильтратдан натрий ишқори билан КЕЭ гидроксидлари чўктирилади. Куритилган лантаноид оксидлари таркиби:


Th	0,05
КЕЭ	73
U	0,005
Fe	0,02
Si	0,4
P	0,1
Cl	7,9

Бу усулнинг афзаллиги шундаки, биринчи босқичдаёқ, фосфорнинг торий ва лантаноидлардан ажралиб чиқиши ва фойдали натрий фосфат маҳсулотининг ҳосил бўлишидадир.

Камчилиги кўп ишқор сарфланиши ва парчаланиш даражасининг камроқ эканлигидир.

49-§. КЕЭларни ажратиш усуллари

КЕЭлар касрли кристаллаш ва чўктириш усуллари кўп босқичли меҳнатни талаб қиладиган жараёндр. Ҳозирги вақтда бу усуллар ўрнига ионитлар билан сорбциялаш ва экстракция усуллари қўлланилмоқда. Шунинг учун ион алмашилиш ва экстракция усуллари кўриб чиқамиз.

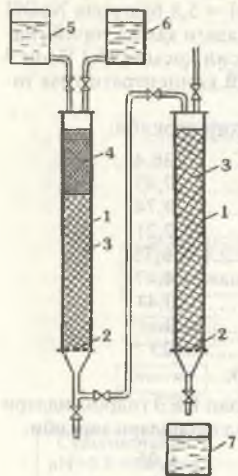

47-расм. Ион алмашиниш усулида элементларни ажратиш олиш асбобининг схемаси:



1 — колонка, 2 — панжара, 3 — ион алмашинувчи смола, 4 — смоланинг юқори қатламида ютилган ионларнинг жойлашуви, 5 — ажратишли ксрак бўлган элементлар учун ускуна (жиҳоз), 6 — моддаларни сиқиб чиқаришга ишлатиладиган эритма учун ускуна, 7 — сузилган (фильтрат) моддаларни тупловчи ускуна.

логтаси ва этилендиаминтетрасирка кислотаси (ЭДТС). Булардан хроматография усули билан КЕЭларни ажратишда кўпроқ фойдаланилади. ЭДТС α — аминокислоталар синфига киради. Бу модда турт асосли кислота бўлиб, иккита азот билан боғланган:

Бу усулда лантаноидларни ажратиш олиш учун кучли кислотали катионитлар КУ—2 ишлатилади. КУ—2 стирол билан дивинилбензолни полимеризация қилиш натижасида ҳосил бўлиб, SO_3H фаол гурппага эга бўлади.

Лантаноидларнинг ионитда ютилиши лантандан (La^{3+}) лютийга (Lu^{3+}) томон камайиб боради, чунки гидратланган ионлар улчами тартиб буйича камайиб боради. Аммо КЕЭларнинг ионлари ионитда бир-бирига жуда яқин бўлгани учун ион ютиниш усулида ажратиш яхши самара бермайди. КЕЭларни десорбция усули билан ажратиш яхши натижа беради. Бунда десорбция жараёни органик бирикмалар билан КЕЭларнинг комплексларини ҳосил қилиш ҳамда ҳосил бўладиган комплексларнинг барқарорлигига қараб ажратиш мумкинлигини куриш мумкин (47-расм).

Шунга кўра лантаноидларнинг анионли комплекслари барқарорлиги асосида ҳар бир сорбцияланган зонадан десорбциялаш буйича тартиб билан ажралади. Десорбция қилиш (ювиш) учун турли органик бирикмалар ишлатилади, уч нитрил сирка кислотаси

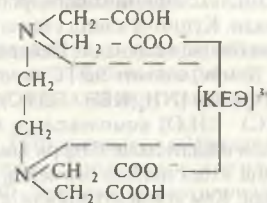

Уч валентли лантаноид ионлари ЭДТС билан қисқисимон комплекс ҳосил қилиб, унда азот атоми билан лантаноид атомлари координацион боғ ҳосил қилади.

Бу комплексларнинг барқарорлик константаси қуйидагича топилади.

$$(\text{HЭДТС})^{1-} + [\text{KEE}]^{3+} = \text{H}([\text{KEE}]\text{ЭДТС})$$

$$K = \{\text{H}([\text{KEE}]\text{ЭДТС})\} / \{\text{KEE}^{3+} \cdot (\text{HЭДТС})^{1-}\}$$

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, КЕЭларни тартиб рақами ошган сари барқарорлик константаси ҳам La ва Lu га қараб ошиб боради. Барқарорлик константаси КЕЭларнинг бир-бирига яқин икки элемент орасидаги қиймати ўртача 2,4 марта фарқ қилади. Демак, бундан ЭДТС кислотаси ионитлардан КЕЭларни ювиш учун энг яхши реагент эканлигини кўрсатади. КЕЭларни бир-биридан ажратиш олишда бир неча колонна ионит билан тўлдирилади. Улардан олдинги 1—2 таси КЕЭ катионлари билан тўйинтириш учун, қолганлари эса ажратиш учун хизмат қилади. Ювиш жараёнида колонналарда сорбциялаш зоналари ҳосил бўлади.


Колонналардаги ионитлар, аввал NH_4^+ ёки Na^+ (NH_4^+ ёки Na^+ — шаклида) ионлари билан зарядланади. Ажратиш колонналаридаги ионитлар Cu^{2+} — шаклида бўлади.

Бунда Cu^{+2} — ионлари ионларни ажралишида секинла-
тувчи ролини бажариб, ЭДТС билан ҳосил қилган комп-
лекслари лантаноидларникидан мустақкам бўлади. Шунинг
учун КЕЭлар ионитдан элюант билан ажралиши осон бўла-
ди ва уларни ЭДТС билан ажралиб чиқиши эса, ҳосил
қиладиган комплексларининг барқарорлик тартиби бўйи-
ча амалга ошади. Кўпинча ювиш (элюант) учун $\text{pH} = 4 \div 8,5$
булган эритма билан ишланади. Нейтраллаш учун NH_4OH
ишлатилади. Демак, элюант ЭДТС нинг аммонийли тузла-
рини ташкил қилади $[\text{NH}_4(\text{КЕЭ} \cdot \text{ЭДТС}) \cdot \text{nH}_2\text{O}]$ ва кам эрув-
чи $[\text{Cu}_2(\text{ЭДТС}) \cdot 5\text{H}_2\text{O}]$ комплекслари бўлиб, $0,5-1\%$ ли
ЭДТС эритмаси ишлатилади. Юқори концентрацияли эрит-
ма билан ювиш яхши натижа бермайди ва уни ишлаш ша-
роити бузилади. Кам концентрацияли элюантни ишлатиш-
дан мақсад КЕЭлар миқдорининг кам бўлишидир.

Ювиб олинган филтратлар айрим-айрим булаклар
ҳолида йиғилади, биринчи булакда мис ионларининг ҳам-
маси — сўнг КЕЭларнинг қолган булаклари, уларнинг
комплекслари барқарорлигига қараб ажралиб чиқишини
кузатиш мумкин. Қуйидаги расмда КЕЭлардан учтасини
тербий, европий ва самарийларнинг ажралиши кўрсатил-
ган.

Демак, 48-расмдан кўриниб турибдики, аввал тербий,
иккинчи европий ва учинчи самарий элементлари юви-
либ — ажралиб чиқади.

ЭДТС эритмасини регенирация қилиш учун уни $\text{pH} =$
 $0,5 \div 1$ булгунгача кислота қўшилади.

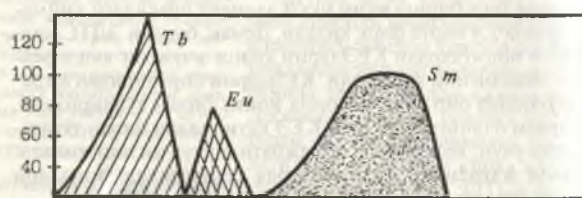

48-расм. Смолда ютилган тербий, европий ва самарий элементларини $\text{pH} = 3,62$ да $0,26$ молярли ЭДТС эритмаси билан ажратиш (ювиб) олиш эгри чизиқлари.

Натижада лантаноиднинг комплекс бирикмалари бу-
зилиб, эритмага кам эрувчи ЭДТС чўкмага тушади. Шун-
дай қилиб, ион алмашининг усули билан КЕЭлар бир-
бирдан ажратиш олинади.


Экстракция усули

КЕЭларни экстракция усулида ажратиш олиш лантано-
идлар тақсимланиш коэффициентларининг органик ва
сувли эритмаларида металлнинг тақсимланишига бог-
лиқ бўлади.

Амалда кўпинча ТБФ экстрагент сифатида ишлатилади.
У қуйидаги комплекс ионларни ҳосил қилади —
 $(\text{КЕЭ})(\text{NO}_3)_3 \cdot 3\text{ТБФ}$. Эритмадаги лантаноидлар концент-
рациясини ошириш билан тақсимланиш коэффициенти ҳам
ошиб боради. Экстракция усулида ажратиш икки усул би-
лан олиб борилади.

1. Бир-бирига қарама-қарши ишловчи ёки аралашти-
риб тиндирувчи экстракторларда органик ва сувли фаза-
ларда молдаларнинг ажралишга қараб экстракцияланади.

2. Биринчи фаза қўзғалувчи, иккинчи фаза эса қўзғал-
масдан ҳаракатланувчи усуналарда амалга оширилади. Би-
ринчи усулда бошланғич аралашма иккита фракцияга аж-
ратилади, чунки аралашма бир қанча элементлар аралаш-

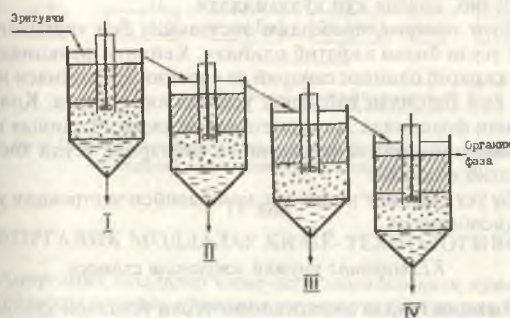

49-расм. Ярим тескари оқимда экстракциялаш. I, II, III, IV-сувли эритма фракциялари: I — аралаштириш камераси; 2 — тиндириш камераси.

масидан иборат бўлиб, бир неча босқичда экстракция қилинади: ($n - 1$) гача, бу ерда n — ажратиши керак бўлган элементлар сони.

Иккинчи усулда эса, биринчи экстракторга бошланғич аралашмалар эритмаси қуйилади, қолган ҳамма экстрактор бўлакларида азот кислотаси эритмаси солинади. Сунг системага органик фаза (ТБФ) юборилади, у (ТБФ) экстрактор системаларидан бирин-кетин оқиб ўта бошлайди (49-расм).

Бунинг натижасида органик фаза билан сувли фазаларни узаро бир-бири билан туқнашиши содир бўлиб, фазалараро элементларнинг тақсимланиш мувозанати қарор топади. Биринчи экстракторларда тартиб рақами кичик бўлган элемент, охириги экстракторда эса тартиб рақами катта бўлган элемент экстракцияланади. Шундай қилиб, экстракция қилиниши натижасида лантаноидлар ҳар бир фракцияда ажралиб чиқа бошлайди.

Бу қарама-қарши ҳаракатланиш усули кам концентрацияли эритмалар учун яхши натижа беради.

Агарда ҳар икки фазанинг концентрацияси юқори бўлса, яъни нитрат лантаноидлари концентрацияси 100–200 г/л ($\text{KEЭ})_2\text{O}_3$ ва ТБФ суюлтирилмаган бўлса, унда аралаштириб тиндирувчи экстракторлардан фойдаланилади.

Экстракция усули самарали кенг ишлаб чиқариш усули бўлиб, амалда кўп қўлланилади.

Сунг ниодим, празеодим экстракция ёки хроматография усули билан ажратиб олинади. Кейинги фракциялардан ажратиб олинган самарий ва европий аралашмаси натрий ёки Hg билан қайтариш усулида ажратилади. Қолган учинчи фракцияда эса элементларни ажратиб олишда ион алмашиниш ёки экстракция ва қайтариш усули билан ажратиб олинади.

Бу усулларнинг ичида энг замонавийси экстракция усули ҳисобланади.

КЕЭларнинг умумий ажратиш схемаси

Ҳозирги вақтда ажратишнинг турли усуллари қўлланилади. Шундай усуллардан бири қуйидаги 50-расмда келтирилган бўлиб, бу схема орқали церий группасидаги элементларни ажратиб олиш яхши натижа беради.

Элементларни ажратиб олиш учун бошқа аралашмалардан тозаланган КЕЭ гидроксидлари олинади. Аввал оксидлаш усули билан церий концентрати ажратиб олинади. Сунг азотли эритмалардан лантан концентрати чуқтириб олинади (касрли чуқтириш ёки кристаллаш билан). Қолган элементлар ҳам шу усулда бир қанча фракцияларда ажратиб олинади.



50- расм. Церий группасидаги элементларни бир-биридан кетма-кет ажратиб олиш технологик схемаси.

IV боб

АНОРГАНИК МОДДАЛАР КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯСИ

Анорганик моддалар кимё-технологияси халқ ҳўжалиги, айниқса қишлоқ ҳўжалиги учун зарур бўлган кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқаришда кимё саноатининг йирик тармоқларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бу маҳсулот жумласига қишлоқ ҳўжалигида қўлланиладиган минерал ўғит-

лар, турли хил зараркунандаларга қарши курашда заҳарли кимёвий моддалар, дефолиантлар, турли анорганик кислоталар (сульфат кислота, фосфат кислота, нитрат кислота) ишқорий моддалар (сода, натрий ишқориси), халқ ҳужалиги учун керакли бўлган тузлар ва бошқалар киради.

Ўзбекистон Республикаси кимё саноати юзлаб турдаги халқ ҳужалиги учун зарур бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаради. Навоий Кимё комбинати, Чирчиқ Электрокимё ишлаб чиқариш бирлашмаси, Фарғона, Самарқанд, Олмалиқ кимё заводлари, замонавий технология ва асбоб-анжомлар билан жиҳозланган бўлиб Республикаимизнинг фахри ҳисобланади.

Анорганик моддалар ишлаб чиқариш технологияси уч группага бўлинса мақсадга мувофиқ бўлади: 1. Минерал ўғитлар ва тузлар технологияси. 2. Боғланган азот бирикмалари. 3. Сульфат кислота ва сода маҳсулотлари.

50-§. Минерал ўғитлар технологияси

Минерал ўғитлар ишлаб чиқариш тармоғи кимё саноатининг асосий соҳаларидан бири ҳисобланади. Республикамиз пахта стиштирувчи асосий минтақа бўлгани сабабли, минерал ўғитларнинг пахтачиликдаги роли жуда катта. Ҳосилдорликни оширишда асосий омиллардан бири ҳисобланади. Умуман, қишлоқ ҳужалигини ялписига кимёлаштиришда асосий роль уйнайди.

Маълумки ўсимлик таркиби, асосан 10 та элементдан ташкил топган бўлиб (азот, фосфор, кислород, калий, магний, темир, олтингургурт, кальций, углерод, водород), уларнинг 90 % ини углерод, водород, кислород ташкил қилади. Ўсимлик ўсиш даврида бу элементларни ҳаводан ва ердан қабул қилади. Шу сабабли ҳосилдорлик юқори бўлиши учун шу элементларнинг ердаги миқдори етарли бўлиши керак. Бу элементлардан айниқса кераклиги азот, фосфор ва калий ҳисоблангани, шу сабабли бу элементларни *озуқа моддаси* ёки *минерал ўғитлар* деб аталади.

Шундай қилиб минерал ўғитларни 3 группага бўлиш мумкин: фосфорли, азотли ва калий ўғитлар. Ўсимлик ҳаёти учун зарур бўлган (озгина миқдорда бўлса ҳам) элементлар (Mn, Ni, Co, Br, Zn) бор ўғитлар *микроўғитлар* деб аталади. Қишлоқ ҳужалигида минерал ўғитлар билан бир қаторда органик ўғитлар ҳам қўлланилади.


Қишлоқ ҳужалик зараркунандалари билан курашувчи моддалар *пестицидлар* деб аталади. Ёввойи ўғлар билан курашувчи моддалар эса *гербицидлар* деб аталади.

51-§. Фосфорли ўғитлар

Фосфор ўсимлик учун асосий озуқа моддаларидан бири ҳисобланади. Фосфор ўсимлик ҳаёти учун зарур бўлган моддалар таркибига киради (ферментлар, витаминлар ва бошқалар). Айниқса ўсимлик донида, уруғида оксил-нуклеопротсин сифатида 1,6 % га қалар P_2O_5 учрайди. Фосфор билан мунтазам озиклантирилган донли ўсимликлар ҳосилдорлиги ошади, крахмал ва қанд миқдори кўпаяди. Фосфорли ўғитлар эрувчанлигига қараб 4 группага бўлинади: 1. Сувда эрувчан; 2. Цитрат эрувчан, булар сувда бир оз ёмон эриб, лимон кислотаси аммоний тузининг аммиакли эритмасида яхши эрийди; 3. Лимон эрувчан 2 % ли лимон кислотаси эритмасида яхши эрийдиган ўғитлар. 4. Ёмон эрувчан ўғитлар. Республикамизда, асосан сувда эрувчан ўғитлар қўлланилади, булар жумласига оддий ва қўш-перфосфат киради.

Фосфорли ўғитлар табиий минераллар — фосфорит ва апатитдан олинади. Марказий Осиё мамлакатларида фосфоритлар Жанубий Қозоғистонда Қора-Тау конида учрайди. Шу кунларда Ўзбекистоннинг Қизилқум фосфорит конларидан ҳам фойдаланилмоқда. Ҳозирги кунда деярли ҳамма заводлар фосфорли ўғитларни Қора-Тау фосфоритларидан ишлаб чиқармоқдалар.

Оддий суперфосфат кулранг, майда кукун ёки доналар ҳолида бўлиб, таркибида 14—18 % P_2O_5 эга бўлган сувда эрувчан ўғитлардир. Оддий суперфосфат ишлаб чиқариш технологияси ўзининг оддийлиги ва арзонлиги билан фарқ қилади. Ишлаб чиқариш жараёни табиатдаги фосфоритларни сульфат кислота билан қайта ишлашга асосланган:




Ҳосил бўлган аралашма, яъни монокальций фосфат ва гипсдан ташкил топган маҳсулот *оддий суперфосфат* деб аталади. Табиатдаги фосфорит таркибида қатор аралашмалар бўлиши мумкин. Булар қаторига карбонатлар, темир ва алюминий бирикмалари, кальций фторит, қум ва бошқалар киради. Шу сабабли фосфоритни сульфат кислота

билан парчалаш жараёнида сульфат кислота фосфорит билан реакцияга киришиб сульфатлар, фосфатлар, фторидлар ҳосил қилади, фтор эса газ ҳолатида (HF , SiF_4) ҳавога чиқиб кетиши мумкин. Фтор бирикмалари заҳарли булгани сабабли, чиқиндилар газлар сув билан тозаланади. Оддий суперфосфатни ишлаб чиқариш технологияси куйидаги босқичлардан иборат. 1. Фосфорит унини сульфат кислота билан аралаштириш. 2. Аралашмани махсус парчалаш камерасига жунатиш. 3. Хом суперфосфатни омборда 10 кунга қадар сақлаб етилтириш. 4. Тайёр булган суперфосфатни аммиак билан нейтраллаб, донадорлаштиришдан иборат (51-расм).

Технологик схемаси содда ва жараёнлар ҳам оддий булганлиги сабабли суперфосфат қолган фосфорли ўғитларидан анча арзон бўлади.


Юқори сифатли фосфорга бой булган ўғитларни ишлаб чиқариш учун фосфор кислота булиши керак. Масалан кўисуперфосфор ва аммофос ўғитлари фосфор кислота асосида олинади. Шунинг учун биринчи навбатда фосфор кислотани ишлаб чиқариш керак. Ҳозирда фосфор кислота иккита усул билан — экстракция ва термик усул билан, Республикамизда, асосан экстракция усул билан олинади. Экстракция усули табиий фосфоритларни сульфат кислота билан парчалаш жараёнига асосланган.



Учкальцийфосфат билан бир қаторда, фосфорит таркибидаги аралашмалар ҳам парчаланadi. Масалан: темир, алюминий, магний бирикмалари сульфат бирикмаларига айланади. Технологик жараён схемаси, асосан икки босқичдан иборат бўлиб, биринчиси — фосфоритни сульфат кислота иштирокида парчалаш ва иккинчиси — фосфор кислотани чуқмадан (фосфогипседан) ажратишдан иборат (52-расм).


Экстракция усули билан олинган фосфат кислота ҳозирги даврда, асосан аммофос ўғити ишлаб чиқариш учун қўлланилади.

Аммофос мураккаб ўғитлар туркумига кириб таркибида 42—44 % P_2O_5 ва 10—12 % азотга эга. Фосфор ва азот,

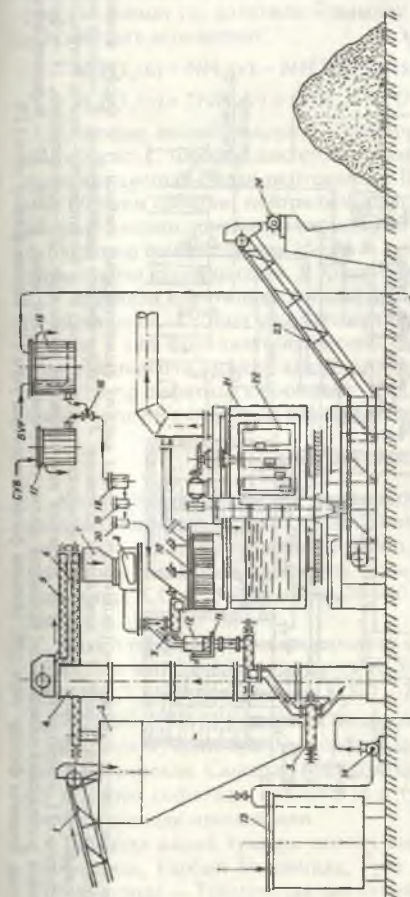



51-расм. Суперфосфат ишлаб чиқариш схемаси:

1 — апатит концентрати учун транспортёр, 2 — бункер, 3 — шнек ташкиловчи, 4 — чуқурлик элеватор, 5, 9 — шнеклар, 6 — ортқича апатит концентрати учун тескари шнек, 7 — дозатор бункери, 8 — дозатор, 10 — аралаштиригич, 11 — ўлчовчи дозаторин назорат қилувчи тарозин, 12 — назорат ўлчамлари учун бункер, 13 — сульфит кислотаси учун сақлагич, 14 — марказдан қонувчи кислота насоси, 15 — кислота аралаштиригич, 16 — кислота аралаштиригич, 17 — сув учун бак, 18 — минора сульфат кислотасини суюклантиришда ажралиб чиқадиган азот оксидлари учун ажратгич, 19 — кислота учун концентратция ўлчовчи, 20 — кислота учун тирқичили ўлчовчи, 21 — суперфосфат камераси, 22 — фрезер, 23 — камерадан суперфосфат учун транспортёр, 24 — омборда суперфосфатни соғувчи мослама.

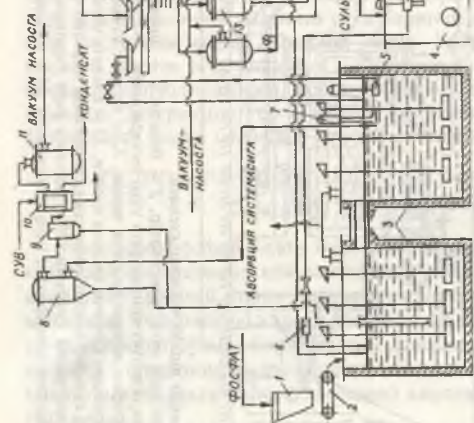

52-расм. Дигидратни режимда экстракциядан фосфор кислотани ишлаб чиқариш схемаси: 1 — фосфор хомашеси букири, 2 — тароили дозатор, 3 — икки бақли экстрактор, 4 — сульфат кислотани сақлабдиган най, 5 — чуқма насос, 6 — сульфат кислотани сирфини ўқатич, 7 — циркуляцияли чуқма насос, 8 — буғлатич, 9 — томчи тутғич, 10 — конденсатор, 11 — нейтрализатор, 12 — арабчада вакуум фильри ариқчалари, 13 — сепараторлар, 14 — фильри матасини регенерациялашда хосна бўладиган оралик суспензияни йиғувчи идиш, 15, 16, 17 — барометр йиғувчи идишлар, биринчи фильри учун (15), айланма фосфор кислотаси учун (16), юнвчи фильри учун (17).

асосан моноаммоний фосфат, қисман диаммоний фосфат ҳолатида бўлади. Аммофос ишлаб чиқариш жараёни фосфор кислотани газ ҳолатидаги аммиак билан нейтраллаш реакциясига асосланган:



Аммофос ишлаб чиқариш жараёни, асосан 4 босқичдан иборат: 1. Фосфор кислотани махсус нейтраллаш аппаратида аммиак билан нейтраллаш. Бу реакция экзотермик булгани сабабли, нейтраллизаторда иссиқликдан фойдаланиб қисман эритма буғлатилади ва қуюқлаштирилади. 2. Буғлатиш аппаратларида 55—56 % сувли эритма 18—25 % сув қолгунча қуюқтирилади. 3. Ҳосил булган суспензия 112—115° даражада қуриштириш ва донадорлаш жараёнига босқичга юборилади. 4. Дона шаклига келган маҳсулот қушалак орқали 3 хил фракцияга бўлинади: йирик қисми майдаловчи аппаратга, майда қисми донадорлаш аппаратида қайта ретур сифатида юборилади. Иккинчи элақда қолган қисми маҳсулот сифатида совитилиб қопланади (53-расм).

52-§. Калийли ўғитлар

Калий ўғитлари ўсимлик танасидаги ҳаётий жараёнларни идора қилишга хизмат қилади. Ўсимликда сув режими, модда алмашилиш жараёнларини, карбон сув бирикмаларини ҳосил қилишда катта роль ўйнайди. Ўсимлик таркибида K_2O 4—5 % ва қулда 30—60 % ни ташкил қилади.

Калий табиатда турли минераллар ҳолида учрайди. Кўп тарқалган минераллар туркумига $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$ — силвинит, $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ карналит, $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{MgSO}_4$ лангбейнит, $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ каинит ва бошқалар кирди.

Қишлоқ хўжалигида ўғит сифатида, асосан калий хлорид қўлланилади. Саноатда ишлаб чиқарилаётган KCl нинг 95 % и ўғит сифатида, қолган 5 % и турли хил калий тузларини олишда ишлатилади.

Табиатда калий тузлари асосан шимолий Уралда, Белоруссияда, Ғарбий Украинада, Урта Осиёда, яқинда эса Ўзбекистонда — Тубегатанда ҳам калий конлари топилгани маълум, Европада, айниқса кўпроқ Германияда учрайди.




327

налар шаклида ишлаб чиқариш ва ёпишқоқликни камай-тириш мақсадида турли қўшимчалар, масалан, доломит эритмаси, сульфат ва фосфат кислота каби моддалар қўшилади. Ўзига намли тортмаслиги учун аммоний селитраси кўп қаватли қоғоз ёки полиэтилен қопларига қопланади.


Аммоний селитраси оддий шароитда турғун модда, аммо температура ошиши билан у турли йўналишда парчаланиши мумкин.

Масалан:


110°C дан юқорида:



220—270°C даражада қиздирилса:



400—500° қадар тезда қиздирилса, аммоний селитра портлаш билан парчаланиши мумкин.




Аммонийли селитра олиш суяқ азот кислотасини газ ҳолатидаги аммиак билан нейтраллаш реакциясига асослангандир:



Азот кислотаси ва аммиак актив кимёвий моддалар бўлгани сабабли реакция шиддат билан ўзидан катта иссиқлик чиқариш билан кетади. Нейтраллаш жараёнида чиққан иссиқликдан эритмани буғлатиш-қуюқлатиш мақсадида фойдаланилади.


Аммонийли селитра ишлаб чиқариш технологияси 4 босқичдан иборат: 1. Азот кислотасининг аммиак билан махсус нейтраллаш аппаратида нейтраллаш (54-расм); 2. Аммоний селитраси эритмасини 99,2—99,3 % га қадар буғлатиш аппаратида қуюқлаштириш; 3. Эриган аммоний селитрасини махсус минорада дондорлаш, қуритиш ва совитиш; 4. Омборда қадоқлаш ва қоплаш.

Бу технологияга кўра (55-расм) аммиак 120—160° га, азот кислотаси эса 80—90° га қадар қиздирилиб ИТН (нейтраллаш)ускунасига юборилади. Азот кислотаси аммиак билан нейтраллаш реакциясига киришиб аммоний селитраси эритмасини ҳосил қилади. Эритма реакция натижасида ажралган иссиқлик ҳисобига нейтраллаш температурасида 150—170°C га кўтарилиб, эритма 89—92 % га қадар

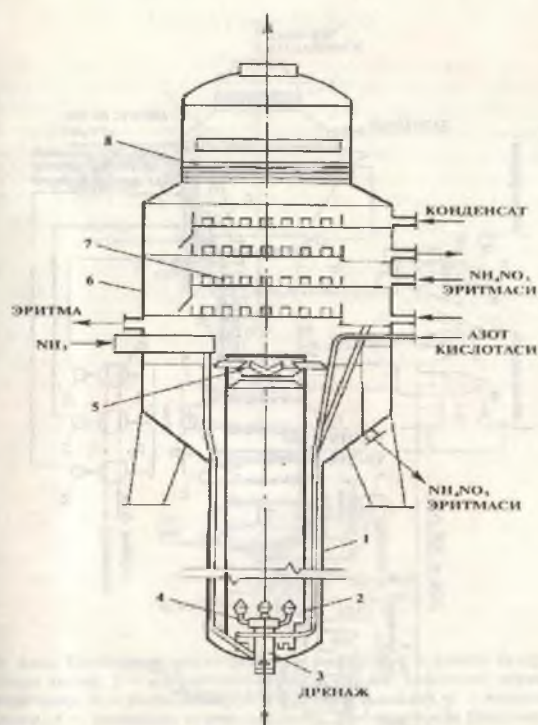


54- расм. ИТН ускунаси: 1 — реакция қисми қобиғи, 2 — реакция стакани, 3 — аммиак қўпиклагичи, 4 — нитрат кислотаси қўпиклагичи, 5 — гидроблагич, 6 — сепаратор қобиғи, 7 — қалпоқсимон ликобча, 8 — элаксимон томчи қайтаргич.

қуюқланади. Бу эритма нейтраллаш ускунасидан буғлатиш ускунасига (56-расмга қаралсин) юборилади. Юқори босимли сув буғи ҳисобига эритма 99,8 % га қадар қуюқлантирилади. Бу эритмани эриган аммоний селитраси деса ҳам бўлади, чунки унинг таркибида ҳаммаси бўлиб 0,2 % намлик бор. Шу таркибдаги эритма дондорлаш минорасига

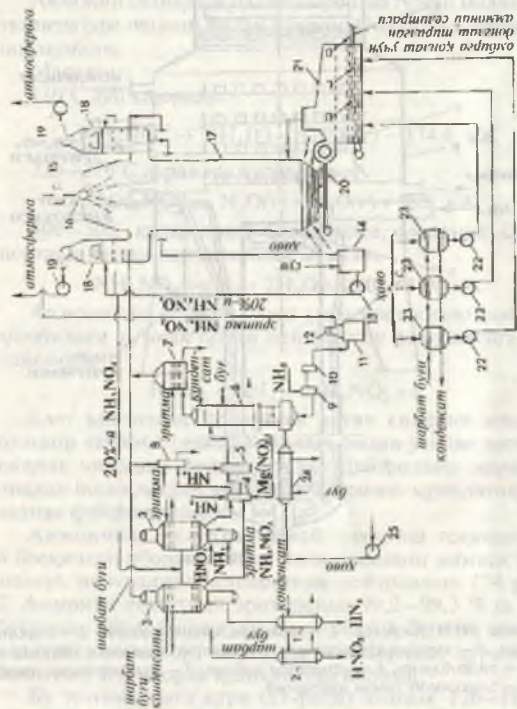

55- расм. Аммонийли селитра олишнинг технологик схемаси.

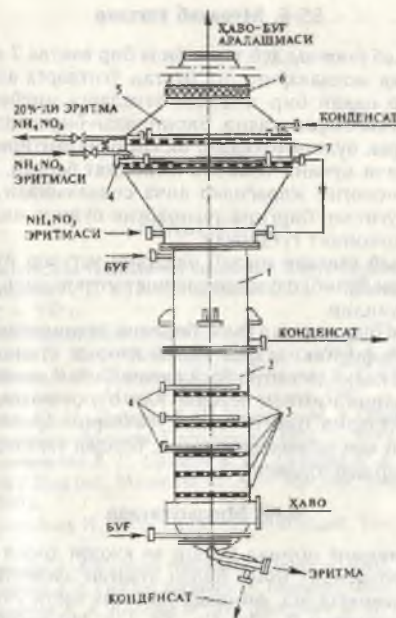

56- расм. Комбинацияланган буғлатиш ускунаси: 1 — қобиғи қувурсимон қисми, 2 — концентрациялаш қисми, 3 — элаксимон чўкма ликобчалар, 4 — иссиқлик берувчи илонсимон найлар, 5 — тозалаш қисми, 6 — элаксимон томчи қайтаргич, 7 — элаксимон ўтказувчи ликобчалар.

юборилади. Минора тепасида жойлашган донаторлагич ёрдами билан эритма пастга қараб майда заррачаларга айлантирилиб сочилади, пастдан эса совуқ ҳаво берилади, натижада селитра томчилари шарсимон (доналар) шаклга ўтиб пастга тушгунча қотади ва совийди. Қўшимча қуритиш ва совитиш жараёни минора пастига жойлашган совитгичда кетади. Шундай қилиб совитилиб қуритилган ва доналанган маҳсулот омборга қоплашга юборилади.

55-§. Мураккаб ўғитлар

Мураккаб ўғитлар деб таркибида бир вақтда 2 ва ундан ортиқ озукка моддаларига эга бўлган ўғитларга айтилади. Бу ўғитлар оддий бир томонли ўғитларга нисбатан бир қанча афзалликларга эгадир. Биринчидан бир вақтда ўсимликни керак бўлган озукалар билан озиқлантириш мумкин, бу ишчи кучини тежашга имконият беради. Иккинчидан технологик жараёнлар анча соддалашади, чунки, мураккаб ўғитлар биргина технология буйича ишлаб чиқаришга имконият тугдиради.

Мураккаб ўғитлар ишлаб чиқариш устувор йуналишлардан бири бўлиб, фосфоритларни азот кислотаси билан ишлаш усулидир.

Бу усул бир вақтда, яъни биргина технология буйича азот ва фосфорлик, агарда калий хлорид қўшилса азот, фосфор ва калийли нитрофоска номи билан ишлатиладиган ўғит олишга имкон беради. Кўп озукка моддасига эга бўлган ўғитларни бир томонли ўғитларни аралаштириш йўли билан ҳам тайёрлаш мумкин. Бундай ўғитларни аралаш ўғитлар деб аталади.

56-§. Микроўғитлар

Ўсимликнинг нормал ўсиши ва юқори ҳосил бериши учун микроэлемент номи билан аталган элементлар ҳам маълум аҳамиятга эга. Айниқса ўсимлик ҳаёти учун керак бўлган элементлар В, Мп, Сu, Zn, Со, Мо ҳисобланади. Бу элементлар ферментлар, витаминлар, гармонлар, пигментлар ва бошқа бирикмалар таркибига киради. Шунинг учун макроўғитларнинг микроэлементлар билан аралашмасининг қишлоқ хўжалиқда қўлланилиши, ҳозирги замон долзарб масалаларидан бирига айланди. Масалан, Олмалиқ кимё заводида аммофоснинг мис билан, карбамиднинг мис ва цинк билан аралашмасини ишлаб чиқариш мўлжалланмоқда.

Қишлоқ хўжалигида лахта баргини туширувчи воситалар — дефолиантлар, кимёвий йўл билан чеканка қилиш, турли зараркунандалар билан курашиш воситалари кенг қўлланилаёпти.

Хуллас, қишлоқ хўжалиқ маҳсулотларини қўпайтиришда, озиқ-овқат муаммосини ҳал қилишда анорганик моддаларни ишлаб чиқаришнинг аҳамияти катта.

АДАБИЁТЛАР

1. Химическая технология керамики и огнеупоров / Под общ. ред. Будникова П. П. и Полубояринова Д. Н. — Москва: Стройиздат, 1972. — 552 с.
2. Химическая технология стекла и ситаллов / Под общ. ред. Павлушкина Н. М. — Москва: Стройиздат, 1983. — 432 с.
3. Бобкова Н. М., Дятлова Е. М., Куницкая Т. С. Общая технология силикатов. — Минск: Высшая школа, 1987. — 288 с.
4. Бутт Ю. М., Дударев Г. Н., Матвеев М. А. Общая технология силикатов. — Москва: Стройиздат, 1976. — 599 с.
5. Мельниченко Л. Г., Сахаров Б. П., Сидоров Н. А. Технологии силикатов / Под ред. Матвеева М. А. — Москва: Высшая школа, 1969. — 360 с.
6. Schaumburg H. (Hrsg.) Keramik. — Stuttgart: Teubner, 1994. — 650 с.
7. Исмаилов А. А. Сунъий тошлар. — Тошкент: Фан, 1980. — 56 б.
8. Исмаилов А. А. Гилдан чиннига. — Тошкент: Фан, 1986. — 60 б.
9. Исмаилов А. А., Юнусов М. Ю., Максудов Д. И. Полевошпатовое сырьё Средней Азии для производства фарфора. — Москва: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1988. — 136 с.
10. Пашенко А. А., Сербин В. П., Старчевская Е. А. Вяжущие материалы. Под редакцией члена корр. АН УССР А. А. Пашенко. Издание второе. — Киев: Высшая школа, 1985. — 438 с.
11. Бутт Ю. М., Сычев М. М., Тимашев В. В. Химическая технология вяжущих материалов — Москва: Высшая школа, 1980. — 472 с.
12. Нудельман Б. И. Энергосберегающая низкотемпературная технология цемента. — Ташкент: Мехнат, 1989. — 364 с.
13. Атакузиев Т. А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. — Ташкент: Фан, 1983. — 128 с.
14. Позин М. Е. Технология минеральных удобрений. Издание шестое. — Ленинград: Химия, 1989.

15. Кочетков В. Н. Фосфоросодержащие удобрения: Справочник. — Москва: Химия, 1982.
16. Эвенчик С. Д. и Бродский А. А. Технология фосфорных и комплексных удобрений. — Москва: Химия, 1987.
17. Кармышев Б. Ф. Химическая переработка фосфоритов. — Москва: Химия, 1983.
18. Копылев Б. А. Технология экстракционной фосфорной кислоты. 2-издание — Ленинград: Химия, 1981.
19. Чепелевский М. Л., Бруцус Е. Б. Суперфосфат. Физико-химические основы производства. — Москва: Госхимиздат, 1958.
20. Двойной суперфосфат; Технология и применение (М. А. Шапкин, Т. И. Завертяева, Р. Ю. Зинюк, Б. П. Гуллер.). — Ленинград: Химия, 1987.
21. Технология аммиачной селитры (Под ред. В. К. Олевского) — Москва: Химия, 1978.
22. Горловский Д. М., Альтишлер Л. Н., Кучерявой В. И. Технология карбамида. — Ленинград: Химия, 1981.
23. Ладарин С. Н., Стеценко Е. Я. Сульфат аммония. — Москва: Металлургия, 1973.
24. Клевке В. А., Левин И. А., Петряева Д. А., Тоцев А. Ф. Жидкие азотные удобрения — Москва: Химия, 1979.
25. Технология калийных удобрений (Под ред. В. В. Печковского, О. Д. Кашкарова, И. А. Соколова). Технология калийных удобрений. — Ленинград: Химия, 1978.
26. Катышев М. В. Микроэлементы и микроудобрения. — Москва: Химия, 1965.
27. Дохолова А. Н., Кармышев Б. Ф. Производство и применение фосфатов аммония. — Москва: Химия, 1986.
28. Набиев М. К. Н. Азотнокислотная переработка фосфоритов. — Ташкент: ФАН, 1976.
29. Зеликман А. Н., Мирсон Г. А. «Металлургия редких металлов». Москва: Металлургия, 1973 г.
30. Химия и технология редких и рассеянных элементов. Под ред. К. И. Больгиакова. Т. 1 — 3. Москва. Высшая школа, 1973 г.
31. Блюхев В. Е., Степин Б. Д. Химия и технология селитры, рубидия, цезия. Москва: Химия 1970 г.
32. Зеликман А. Н., Молибден. Москва. Металлургия, 1970 г.
33. Зеликман А. Н., Никитина Л. С. Вольфрам М. Москва. Металлургия, 1978 г.

МУНДАРИЖА

Суз боши 3

I боб. Керамика ва шишалар кимёвий технологияси

1-§. Керамика ва шиша маҳсулотларининг аҳамияти	5
2-§. Керамика ва шишалар классификацияси	8
3-§. Керамика ва шишалар ишлаб чиқариш технологияси	20
4-§. Курилиш гишти технологияси	30
5-§. Сопол буюмлар ишлаб чиқариш технологияси	43
6-§. Чинни олиш технологияси	57
7-§. Оловбардош материаллар ишлаб чиқариш	72
8-§. Техник керамика маҳсулотларини ишлаб чиқариш	89
9-§. Курилиш шишаси ишлаб чиқариш	101
10-§. Техник шиша олиш технологияси	109
11-§. Майший-хўжалик шишаси ишлаб чиқариш технологияси	117
12-§. Ситал ишлаб чиқариш	127

II боб. Анорганик (минерал) боғловчи материаллар

13-§. Боғловчи моддалар	137
14-§. Портландцемент. Кимёвий ва минералогик таркиби ва унинг турлари	152
15-§. Портландцемент ишлаб чиқариш технологияси	161
16-§. Портландцемент турлари	186
17-§. Махсус портландцементлар	196

III боб. Камёб металллар технологияси

18-§. Камёб металллар классификацияси	221
19-§. Камёб металллар ишлаб чиқариш технологияси	222

Қийин эрийдиган камёб металллар технологияси

20-§. Вольфрам ишлаб чиқариш технологияси	224
21-§. Натрий вольфрамат эритмасини аралашмалардан тозалаш	230
22-§. Эритмадан вольфрам эритмаларини олиш	233
23-§. Шеелит концентратини парчалаш технологияси	234

Молибден ишлаб чиқариш технологияси

24-§. Молибден концентратларини қайта ишлаш усуллари	236
25-§. Тоza MoO ₃ ишлаб чиқариш технологияси	238
26-§. Эритмани мис ва темир ионларидан тозалаш	241

27-§. Аммиакли эритмадан молибденни ажратиб олиш	242
28-§. Ишқорлаш натижасида ҳосил бўлган чиқиндилардан молибденни ажратиб олиш	244
29-§. Тайёр молибден маҳсулоти ва таннархи структураси	248
30-§. Молибден (III) оксидини олиш	251

Тантал ва ниобий олиш технологияси

31-§. Асосий рудалари ва концентратлари	254
32-§. Тантал-ниобий концентратларини қайта ишлаш усуллари	255
33-§. Тантал ва ниобийни аралашмалардан тозалаш технологияси	257
34-§. Экстракциялаш усули	259

Тарқоқ камёб металллар технологияси

35-§. Германий ва уни олиш технологияси	265
36-§. Сульфидли хомашёларни қайта ишлашда германийнинг ҳолати	266
37-§. Концентратлардан техник германий (IV) хлоридни олиш	270
38-§. Корхона газлари чангларидан германийни ажратиб олиш	273
39-§. Германий (IV) хлоридни тозалаш усуллари	274
40-§. Германийни олиш	277
41-§. Германий чиқиндиларини қайта ишлаш технологияси	278
42-§. Индий ва уни олиш технологияси	280
43-§. Рений ва уни олиш технологияси	291
44-§. Камёб снгил металллар технологияси	295
45-§. Бериллий рудалари ва минераллари	298
46-§. Камёб ер-металлари технологияси	304
47-§. Моноцит концентратини қайта ишлаш технологияси	308
48-§. Торий ва КЕЭ ларни сульфатли эритмалардан ажратиб олиш	309
49-§. КЕЭ ларни ажратиш усуллари	313

IV боб. Анорганик моддалар кимё-технологияси

50-§. Минерал ўғитлар технологияси	320
51-§. Фосфорли ўғитлар	321
52-§. Калийли ўғитлар	324
53-§. Азотли ўғитлар	327
54-§. Аммонийли селитра	327
55-§. Мураккаб ўғитлар	332
56-§. Микроўғитлар	332
Адабиётлар	333